



报告编号(Ref. No.): F1604012000

总页数(Total Pages): 8



7 0 1 6 0 4 0 1 2 0 0 0 1

检 测 报 告

TEST REPORT

产品名称:

Product Name

MF613 聚氨酯粘接胶

规格型号:

Type

检测类别:

Test Category

委托检测

委托单位:

Client

郑州中原应用技术研究开发有限公司

发送日期:

Send Date

2016 年 06 月 01 日

机械工业汽车零部件产品质量监督检测中心

Automobile Parts Test Center





机械工业汽车零部件产品质量监督检测中心

Automobile Parts Test Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号(Ref. No.): F1604012000

Page 1 of 8

样品名称 Product Name	MF613 聚氨酯粘接胶	商标名称 Brand	—
样品编号 Sample No.	F16040120-1~80		
规格型号 Type	—	样品数量 Sample quantity	80
生产日期 Date of production	—	取样形式 Sampling form	☒ 送检 ☐ 抽检 By client By center
生产编号 Product No.	—	送/抽样基数 Sample base	—
检测日期 Test Date	2016-05-06 ~ 2016-05-20	送/抽样日期 Receiving date	2016-04-14
检测地点 Testing Site	环境与材料试验室	送/抽样人 Consigner	李卫朋
送/抽检单位 Client	郑州中原应用技术研究开发有限公司		
送/抽检地址 Address	郑州高新技术开发区银屏路 26 号		
生产单位 Manufacture	—		
生产地址 Address	—		
样品描述 Sample Description	—		
检测项目 Testing items	1、外观 2、密度 3、不挥发物含量 4、表干时间 5、固化速度 6、下垂度 7、硬度(邵尔 A) 8、剪切强度 9、拉伸强度 10、断裂伸长率 11、100%定伸强度 12、撕裂强度 13、耐热性 14、耐湿热性 15、耐水性 16、耐玻璃清洗剂 17、低温柔性 18、10%G-模量 19、耐热性(120℃×1h) 20、玻璃配套附着力 21、电泳漆配套附着力		
检测依据 Testing methods	1、HG/T 4363-2012 2、GB/T 13477.2-2002 3、GB/T 2793-1995 4、GB/T 13477.5-2002 5、GB/T 13477.6-2002 6、GB/T 531.1-2008 7、GB/T 7124-2008 8、GB/T 528-2009 9、GB/T 529-2008 10、160406-F-03检测技术协议		
检测结论 Conclusions	详情请见附表。		
备注 Remark	结果仅证明样品所检项目符合性情况。		

编制:
Editor审核:
Verifier批准:
Authorizer



检测报告

TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): F1604012000

附表 Appendix:

检测项目及其结果 Test Items and Test Result					
序号	检测项目		单位	检测条件/技术要求	检测结果
1	外观		—	HG/T 4363-2012	细腻均匀膏状物无气泡
2	密度		g/cm ³	GB/T 13477.2-2002	1.21
3	不挥发物含量		%	GB/T 2793-1995	98%
4	表干时间		min	GB/T 13477.5-2002	38
5	固化速度		mm/24h	HG/T 4363-2012	4.3
6	下垂度	5℃×24h 热老化	mm	GB/T 13477.6-2002	0
		70℃×24h 热老化			0
7	硬度 (邵尔 A)		Shore A	GB/T 531.1-2008	58
8	剪切强度		MPa	GB/T 7124-2008	5.2
9	拉伸强度		MPa	GB/T 528-2009	8.7
10	断裂伸长率		%	GB/T 528-2009	505
11	100%定伸强度		MPa	GB/T 528-2009	2.1
12	撕裂强度		kN/m	GB/T 529-2008	28
13	耐热性	90℃ × 300h	硬度 A	Shore A	62
			100%定伸应力	MPa	2.6
			拉伸强度	MPa	8.1
			剪切强度	MPa	6.1
			拉断伸长率	%	367
		120℃ × 3h	硬度 A	Shore A	58
			100%定伸应力	MPa	2.2
			拉伸强度	MPa	10.4
			剪切强度	MPa	5.4
			拉断伸长率	%	477
14	耐湿热性, (70℃× 95%RH× 300h)		硬度 A	Shore A	54
			100%定伸应力	MPa	1.8
			拉伸强度	MPa	6.4
			剪切强度	MPa	5.7
			拉断伸长率	%	396
15	耐水性 (40℃×72h)	剪切强度	MPa	160406-F-03 检测技术协议	5.2



检测报告

TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): F1604012000

16	耐玻璃清洗剂 (23℃×24h)		剪切强度	MPa	160406-F-03 检测技术协议	5.4
17	低温柔性			——	HG/T 4363-2012	试样完好，未见 裂纹
18	10%G-模量			MPa	160406-F-03 检测技术协议	1.1
19	耐热性（120℃×1h）			——	观察胶条表面状态， 然后将胶条铰360°， 观察胶体状态	试样外观完好
20	玻璃配 套附着 力	1、23℃×168h	2mm	160406-F-03 检测技术协议	100%内聚破坏	
		2、23℃×耐离子水× 168h+23℃×2h	2mm		100%内聚破坏	
		3、80℃×24h+23℃×2h	2mm		100%内聚破坏	
		4、70℃×100%RH× 168h+23℃×2h	2mm		100%内聚破坏	
21	电泳漆 配套 附着力	1、23℃×168h	2mm	160406-F-03 检测技术协议	100%内聚破坏	
		2、23℃×耐离子水× 168h+23℃×2h	2mm		100%内聚破坏	
		3、80℃×24h+23℃×2h	2mm		100%内聚破坏	
		4、70℃×100%RH× 168h+23℃×2h	2mm		100%内聚破坏	
备注	试验图片见附图。					



检测报告

TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): F1604012000

附图:

检测项目	试验前	试验中	试验后
不挥发物			
常规拉伸 100%定伸应力 拉伸强度 断裂伸长率			
剪切强度			
表干时间			
撕裂强度			



16040120001

机械工业汽车零部件产品质量监督检测中心
Automobile Parts Test Center

检测报告

TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): F1604012000

Page 5 of 8

模量			
耐热性 120℃×1h 外观			
固化速度			
90℃×300h 100%定伸应力 拉伸强度 断裂伸长率			
90℃×300h 剪切强度			
下垂度 5℃			



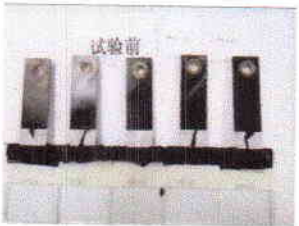
检测报告

TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): F1604012000

Page 6 of 8

120℃×3h 100%定伸应力 拉伸强度 断裂伸长率			
120℃×3h 剪切强度			
下垂度 70℃			
耐湿热性(70℃× 95%RH×300h) 100%定伸应力 拉伸强度 断裂伸长率			
耐湿热性(70℃× 95%RH×300h) 剪切强度			
下垂度 50℃			

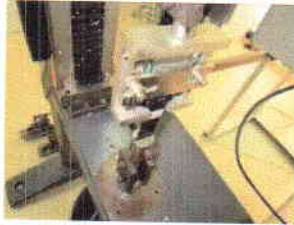
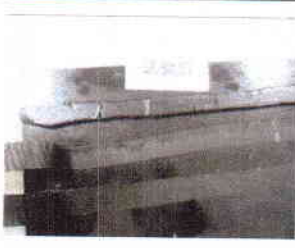
检测报告

TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): F1604012000

Page 7 of 8

耐水性 剪切强度			
耐玻璃清洗剂 剪切强度			
低温柔性			
玻璃配套 附着力			
			
			



检 测 报 告
TEST REPORT



报告编号(Ref. No.): F1604012000

Page 8 of 8

	—		
电泳漆配套 附着力	—		
	—		
	—		
	—		

以下空白
End of report