

Sikaflex® -265

玻璃粘接和抗紫外线接缝密封粘接胶（巴士、火车和火车）

技术数据表

化学基础	单组份聚氨酯
颜色 (CQP ¹ 001-1)	黑色
固化机理	湿气固化
密度 (未固化) (CQP 006-4)	约 1.2kg/l
抗下垂性	非常好，不下垂
施工温度	+10°C~+35°C
表干时间 ² (CQP 019-1)	大约 45 分钟
施工时间 ² (CQP 526-1)	大约 30 分钟
固化速率 (CQP 049-1)	参照图表 1
收缩率 (CQP 014-1)	<1%
邵 A 硬度 (CQP 023-1 / ISO 868)	约 45
拉伸强度 (CQP 036-1 / ISO 37)	约 6N/mm ²
断裂延伸率 (CQP 036-1 / ISO 37)	450%
撕裂强度 (CQP 045-1 / ISO 34)	约 10 N/mm
剪切强度 (CQP 046-1 / ISO 4587)	约 4.5N/mm ²
G 模量 (CQP 081-1)	0.7N/mm ²
玻璃化转变温度 (CQP 509-1 / ISO 4663)	约 -45°C
电阻系数 (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)	约 10 ⁶ Ωcm
工作温度 (CQP 513-1)	长久的 -40°C~+90°C
保质期 (25°C 以下密封保存) (CQP 016-1)	硬支装和软支装 9 个月 桶装 6 个月

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C (73°F) / 50% 相对湿度。

产品描述:

Sikaflex®-265 是一种高性能，固化后具有弹性、可填缝的单组份聚氨酯粘接胶，其通过大气中的湿气反应固化形成一种永久性的弹性物质。Sikaflex®-265 是严格按照 ISO 9001 / 14001 质量保证体系和相关防护规定生产制造的。

产品优越性:

- 单组份构成
- 低挥发性气味
- 杰出的施工特性

- 快速固化
- 抗老化及风化
- 无溶剂和 PVC
- 对于手工操作及大包装同样适用
- 可免底漆

适用范围:

Sikaflex®-265 是为 OEM 和维修市场的车窗玻璃粘接而设计的。其适用于有机窗玻璃。在安装 PVB 夹层中有加热元件或收音机天线的夹层安全玻璃之前，请联系西卡的技术服


务部门，以得到有关的建议。因为 Sikaflex®-265 可以用工具修整得到极佳的胶面，它含有特殊的稳定成份以增强其抵抗紫外线的的能力，所以其特别适用于暴露于外的接缝填缝。

本产品仅供有专业技能的用户使用。为了保证粘接效果及产品与材料的相容性，事先应在实际的基材和环境下做试验。



固化方式:

Sikaflex®-265 通过与大气中的湿气反应而固化, 通常温度越低, 大气中含有的水分也越低, 所以说反应的过程也会变慢。(参看图表 1)

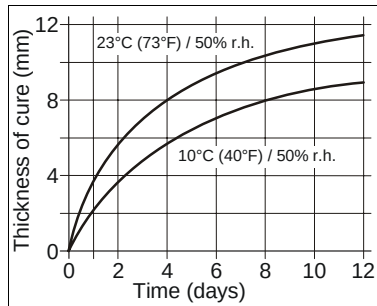

图表 1: Sikaflex®-265 的固化速度

耐化学性能

Sikaflex®-265 耐淡水、酸液、中性及不含氯碱的清洁剂; 短期耐燃油、矿物油、动物脂肪和原油; 不耐有机酸、浓缩的矿物酸、碱液、漂白剂和溶剂。上述说明只作为一般性的指导, 对于特殊的应用我们将根据要求提供建议。

施工方法:

移除旧的窗子: 根据车辆制造说明书移掉被破坏的玻璃。

表面准备

粘接面必须清洁、干燥并去除各种油渍、蜡和灰尘。粘接面必须按照如下要求处理。

有均一连续的无机不透明陶瓷印边的玻璃穿透系数大于 0.1%**	Sika Aktivator + Sika Primer 206G+P
有均一连续的无机不透明陶瓷印边的玻璃穿透系数小于 0.1%**	Sika Aktivator
金属有涂料层或者局部新涂层	Sika Aktivator

*Getag 200D, 可见范围

**对于夹层玻璃这个极限是 0.2%

金属涂有双组份亮漆	Sika Aktivator + Sika Primer 206G+P
旧的聚氨酯玻璃粘接胶 (切割面)	Sika Aktivator

对于特殊的应用请咨询西卡工业部技术服务部门。

应用:

硬包装: 刺穿桶嘴的铝膜即可。软包装: 将胶放入胶枪并剪去封嘴。割去胶嘴顶端以打出所期望几何形状的胶条。为了达到满意的效果, 应使用活塞式手动或气动的胶枪或用于大包装的胶泵。为了保证胶层厚度的一致, 我们建议打出的胶条截面应为三角形 (如图 2 所示)

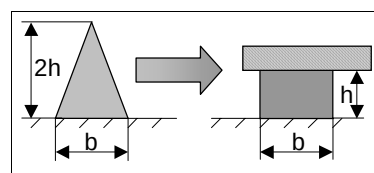


图 2: 推荐的胶条形状

用 Sikaflex®-265 填充外露的接缝时胶层一定不能有空腔并应高出接缝少许, 然后用合适的填缝刀或刮刀刮去多余的胶。如有必要, 可用 Sika Tooling Agent N 做为润滑剂将胶面修整的均匀光滑。不要在温度低于 10°C 或高于 35°C 的环境中施工, 对基材和胶最适宜的温度是 15°C 到 25°C。

有关选择和安装合适的胶泵系统及其操作方面的技术问题, 请联系西卡工业部系统工程部门。

修整及精修

修整及精修必须在表干之前进行。推荐使用 Sika Tooling Agent N 作为修整剂。其他的修整剂或润滑剂必须先做适用性/相容性测试。

清理

未固化的 Sikaflex®-265 可用 Sika®Remover 208 从工具上除掉。一旦固化后则只能用机械的方法将其除去。手及外露的肌肤粘上胶后应立即用 Sika®Handclean 或合适的工业用

洗手液和水清洗。不要使用溶剂!

其它信息:

如客户要求, 可提供以下资料:

—安全数据表

—西卡底漆表

—Sikaflex®产品粘接密封指南

包装信息

硬包装	310 ml
软包装	400+600ml
小桶	23 l
大桶	195 l

数据基础:

在产品数据表中表述的所有数据都是在实验室测试得到的。由于环境超出了我们的控制范围, 实际测出的数据可能会不同。

健康及安全信息:

对于有关运输, 操作, 储存及化学品处理的信息及建议, 用户应参照实际的安全数据表, 其包括了物理的、生态的、毒理学的及其他的的安全相关数据。

法律声明

当产品在正常的条件被正确储存、处理、施工时, 西卡公司所提供的信息和根据实际情况给予的施工处理建议都是基于西卡公司对其目前的知识 and 经验的良好信心。实际应用中, 由于所用的物料、基材和实际现场条件的不同, 因此不能由此处的信息或任何书面的推荐或其它任何建议而推断出西卡公司对其产品的商品性和对特殊用途的适用性做出任何担保和承担任何法律责任。产品的用户应测试产品是否适合于其应用及使用目的。西卡保留改变其产品性质的权利。应尊重第三者的使用权。所有订单需遵循目前的销售和付运条款。使用者应参考有关产品说明书的最新版本, 西卡公司可根据需求提供。

更多信息请登陆:
www.sika.com 或
www.sika.cn

西卡 (中国) 建筑材料有限公司
工业部
苏州工业园区泾东路 28 号
邮编: 215121
电话: (86) 512 62732888
传真: (86) 512 62877070
E-mail: marketing@cn.sika.com

