



1956 聚氨酯粘接剂性能指标技术报告

——依据 DIN 6701-3:2010-8

1956 聚氨酯粘接剂


2017 年 5 月

产品技术数据表

邵 A 硬度

依据标准：测试条件-DIN 6701:2010-8；制样与测试方法-GB/T 531-1-2008

23℃ 50%RH 固化 28d			
项目	依据标准	测试条件	测试结果
邵 A 硬度	GB/T 531-1-2008	-35℃	72
		23℃	60
		70℃	57
23℃ 50%RH 固化 28d+ 100℃ 28d			
项目	依据标准	测试条件	测试结果
邵 A 硬度	GB/T 531-1-2008	-35℃	75
		23℃	68
		70℃	66
23℃ 50%RH 固化 28d +70℃ 100%RH 28d			
邵 A 硬度	GB/T 531-1-2008	-35℃	71
		23℃	68
		70℃	67

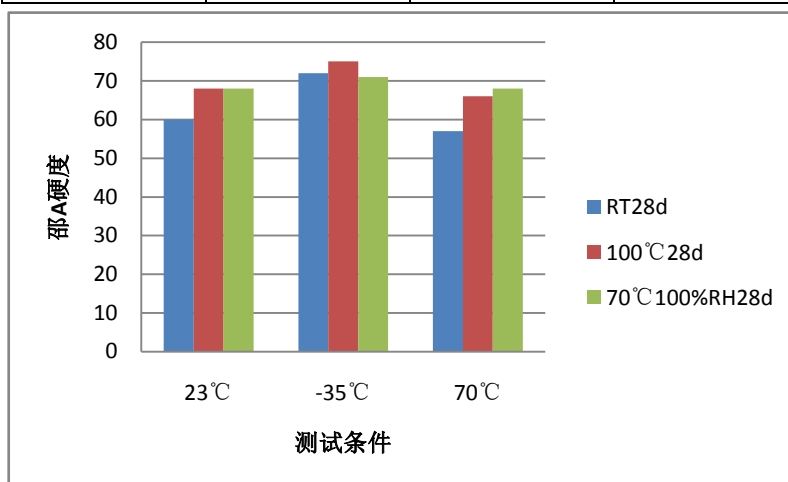

拉伸强度

依据标准：测试条件-DIN 6701:2010-8、DVS1618-2002；测试方法与样件尺寸-GB/T 528-1998


1956 聚氨酯粘接剂

2017 年 5 月

产品技术数据表

23℃ 50%RH 固化 28d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值	特征值
拉伸强度	DIN 6701:2010-8	23℃	10.3MPa	8.9MPa
断裂延伸率			436%	365%
23℃ 50%RH 固化 28d+泡水 7d+80℃ 1d+70℃ 100%RH7d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值	特征值
拉伸强度	DIN 6701:2010-8	23℃	12.1MPa	10.0MPa
断裂延伸率			296%	256%

23℃ 50%RH 固化 7d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值	特征值
拉伸强度	DVS1618-2002	23℃	9.7MPa	7.7MPa
断裂延伸率			457%	380%
23 ℃50%RH 7d +7d 泡水				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值	特征值
拉伸强度	DVS1618-2002	23℃	10.3MPa	7.2MPa
断裂延伸率			429%	328%
23℃ 50%RH 7d +7d 泡水+80℃1d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值	特征值
拉伸强度	DVS1618-2002	23℃	10.9MPa	7.8MPa
断裂延伸率			314%	246%
23℃ 50%RH 7d +7d 泡水+80℃1d+70℃ 100%RH7d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值	特征值
拉伸强度	DVS1618-2002	23℃	12.4MPa	9.3MPa
断裂延伸率			290%	234%

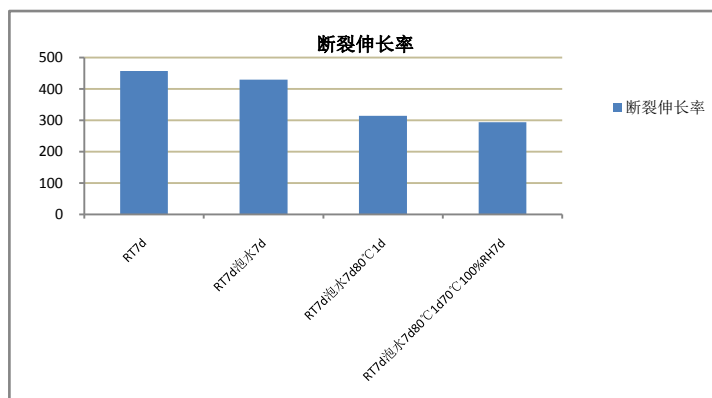

1956 聚氨酯粘接剂


2017 年 5 月

产品技术数据表

剪切强度

依据标准：测试条件-DIN 6701:2010-8、DVS1618-2002；测试方法GB/T 7124-2008；

23℃ 50%RH 固化 28d				
项目	依据标准	测试条件	平均值 MPa	特征值 MPa
剪切强度	DIN 6701:2010-8	-35℃	14.5	10.8
		23℃	6.3	5.9
		70℃	3.5	3.2
23℃ 50%RH 固化 28d+泡水 7d +80℃1d+70℃ 100%RH7d				
项目	依据标准	测试条件	测试结果 MPa	特征值 MPa
剪切强度	DIN 6701:2010-8	-35℃	16.3	11.7
		23℃	8.2	6.6
		70℃	4.3	3.6
胶接尺寸：长度 20mm 宽度 25mm 厚度 5mm				

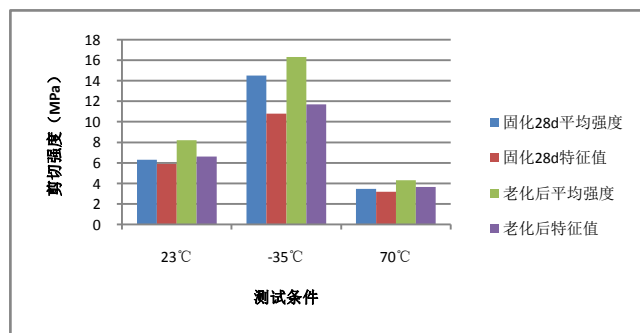


23℃ 50%RH 固化 7d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值 MPa	特征值 MPa
剪切强度	DVS1618-2002	23℃	4.6	3.0
23℃ 50%RH 7d +7d 泡水				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值 MPa	特征值 MPa
剪切强度	DVS1618-2002	23℃	4.6	3.2
23℃ 50%RH 7d +7d 泡水+80℃1d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值 MPa	特征值 MPa
剪切强度	DVS1618-2002	23℃	5.0	3.8
23℃ 50%RH 7d +7d 泡水+80℃1d+70℃ 100%RH7d				
测试项目	依据标准	测试条件	平均值 MPa	特征值 MPa
剪切强度	DVS1618-2002	23℃	6.4	5.7
胶接尺寸：长度20mm宽度25mm厚度5mm				

1956 聚氨酯粘接剂

2017 年 5 月

产品技术数据表

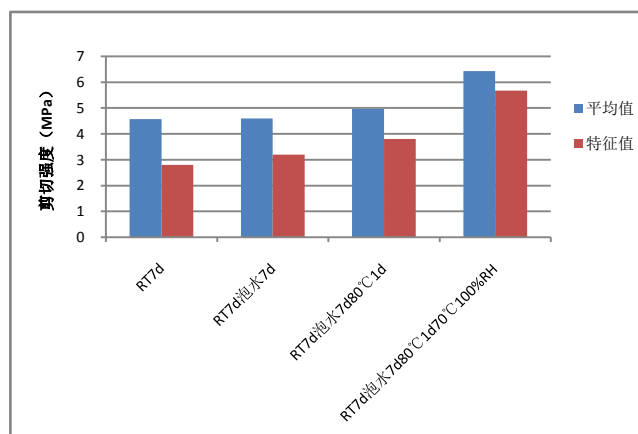

耐紫外光照

依据标准：紫外老化-GB/T 14522-2008;测试与制样 GB/T 528-1998

波长340nm, 8h60℃干燥+4h50℃冷凝					
测试条件	存储时间	平均值		特征值	
		拉伸强度MPa	延伸率%	拉伸强度MPa	延伸率%
23℃	1000h	11.2	331	7.7	255
	2000h	12.3	293	8.6	234


样件尺寸：GB/T528-1998中II型样件

压缩位移

依据标准：DIN 6701:2010-8

测试条件	位移mm	强度MPa	载荷N
23℃	1	0.31	96
	2	0.97	297
	3	1.83	561
	4	3.01	922
	5	4.93	1511
	6	8.64	2645

样件直径20mm厚度10mm

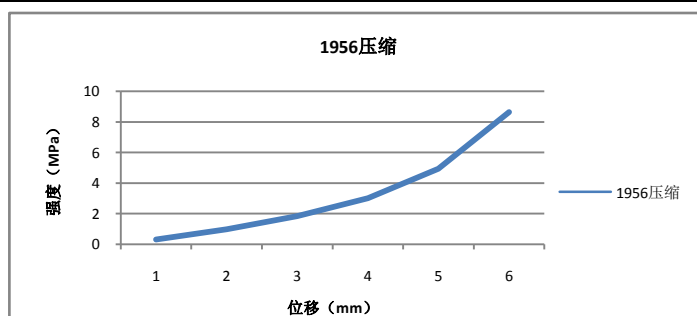

1956 聚氨酯粘接剂


2017 年 5 月

产品技术数据表

蠕变

依据标准: DIN 6701:2010-8

测试条件	承载	位移量	位移百分比
23℃ 90d	12kg/0.24MPa	2.4mm	47%
	16kg/0.32MPa	3.5mm	69%
	20kg/0.4MPa	4.1mm	82%
胶接尺寸: 长度20mm宽度25mm厚度5mm			

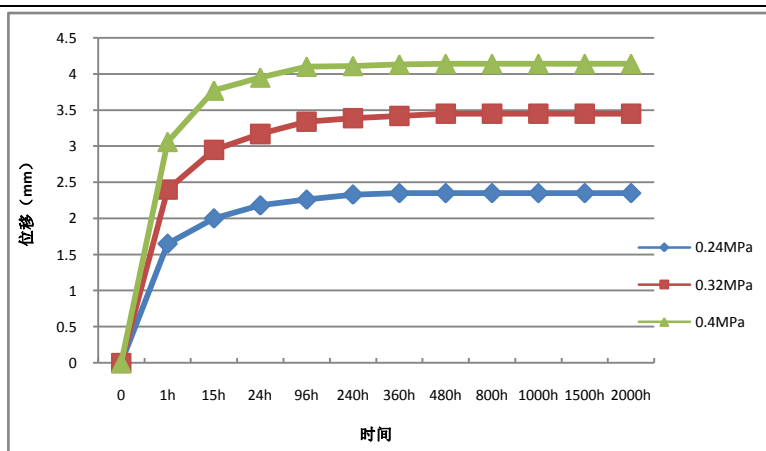

松弛

依据标准: DIN 6701:2010-8

测试条件	位移量mm	位移百分比%	变化情况%
23℃ 90d	2.5	50	35.4
	4	80	55.8
胶接尺寸20mm*25mm*5mm			

疲劳强度

依据标准: 制样依据标准-DIN 6701:2010-8; 数据分析依据标准-GB/T24176-2009 ;

特征值	测试条件	循环次数	到达该循环次数强度
95%安全范围	23℃	10 ⁷	0.77MPa
胶接尺寸20mm*25mm*5mm			

1956 聚氨酯粘接剂

2017 年 5 月

产品技术数据表

