


焊接工艺卡

工程名称：珠海盈德化工区气站项目（华润化学）管道安装工程

接头简图				焊接顺序				工艺卡编号		JH-HJGYK-01		
				1. 将坡口表面及其边缘 20mm 范围内除油漆、油污、锈斑、熔渣、氧化皮等杂质清除干净。 2. 按接头简图组装点固焊，组对内壁错边量不大于壁厚 10%。 3. 打底要防止根部烧穿，接头、层间要清理干净。 4. 盖面焊后清理干净并进行检查，清除各类表面焊接缺陷。				接头形式		见左图		
								焊接工艺评定报告编号		HP/P-2023-01		
								焊工持证项目		GTAW-Fe I (Ⅱ,Ⅲ)-6G-X/X Fefs-02/11/13 和 SMAW- Fe I (Ⅱ,Ⅲ)-6G(K)-X/X -Fef3J		
焊接位置		全位置（6G）		适用焊件规格：对接焊缝：管径 DN>80mm，5mm<壁厚≤14mm 角接焊缝：图 1 厚度不限，图 2 厚度≤14mm				检 验	序号	本公司	特检所	第三方或用户
施焊技术		GTAW+SMAW		母材	20#	厚度（mm）	8		1	外观 100%		按设计文件
预热温度		/			20#		8		2			
层间温度		/		焊缝金属	CHG-56R	厚度（mm）	8.6					
焊后热处理		/			属		CHE427R		8.6			
后热		/		焊接方法	填充材料		焊接电流		电弧电压（V）	焊接速度（cm/min）	线能量（KJ/cm）	
钨极直径		Ø2.5			牌号		直径	极性				电流（A）
喷嘴尺寸		Ø8-12		GTAW	CHG-56R	Ø2.5	直流正接	110-120	10-15	5-7		
脉冲频率		/		SMAW	CHE427R	Ø3.2	直流反接	120-130	25~30	5~7		
脉冲比（%）		/		SMAW	CHE427R	Ø3.2	直流反接	120-130	25~30	5~7		
气体成分		氩气	气体	正面	99.99% Ar8-12L/min			编制	华宇	日期	2026.5.28	
			流量	背面	无			审核	丁文斌	日期	2026.5.28	

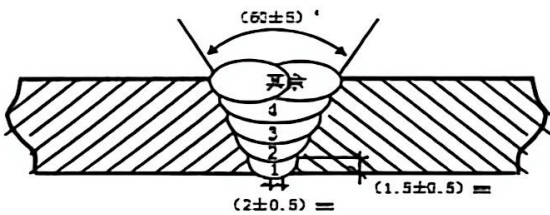