SABLIERES MALET - Site de PORTET

27 avenue de Palarin
31120 Portet sur Garonne
Tel:0561728080

FTP - JUILL26/01
Engagement du 09/07/2026 au 08/01/2027

SABLE 0/4SR - Code 02109 - SMP

CE

Pétrographie : Alluvionnaire à dominante Quartzite (Siliceux)
Elaboration : Semi-Roulé Lavé
Site de production : Site de production de PORTET s/ Garonne (31)
Marquage CE : CE2+ - N°Certification: 0333-CPR-041006
Indice de Recyclabilité : Produit entièrement recyclable

ATTENTION ! Ce document est la propriété du producteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Spécification
0	*4*	*NFP18-545 Art 10 - EN12620/EN13139 - Granulats pour bétons hydrauliques,mortiers*	*Code A*

							D	1.4D	2D		
	0.063	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**FM**	**MB***
Incertitude U	1		2		4		2	1		0.15	0.5
V.S.S.+U	8.0		42		88		100	100		3.25	2.0
V.S.S.	7.0		40		84		99	100	100	3.10	1.5
V.S.I.	1.0		0		44		89	95	100	2.50	
V.S.I.-U	0.0		0		40		87	94		2.35	
Ecart-type max	1.82		12.12		12.12					0.18	

Partie informative

Résultats de production

	du 12/01/26 au 06/07/26										
	0.063	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**FM**	**MB***
Maximum	4.4	13	25	48	74	88	98	100	100	2.94	0.2
Xf+1.25xEcart-types	3.9	12	25	47	70	86	97	100	100	2.88	0.2
Moyenne Xf	3.4	10	22	44	67	83	97	100	100	2.76	0.2
Xf-1.25xEcart-types	2.9	9	20	42	64	80	96	100	100	2.65	0.2
Minimum	2.8	8	19	41	62	78	95	100	100	2.58	0.2
Ecart-type	0.41	1.1	1.8	1.9	2.7	2.3	0.7	0.1	0.0	0.090	0.00
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	5
Norme										NFP 18545	NFEN 933-9 & Dérogation 5D
Dernier	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	01/06/2026

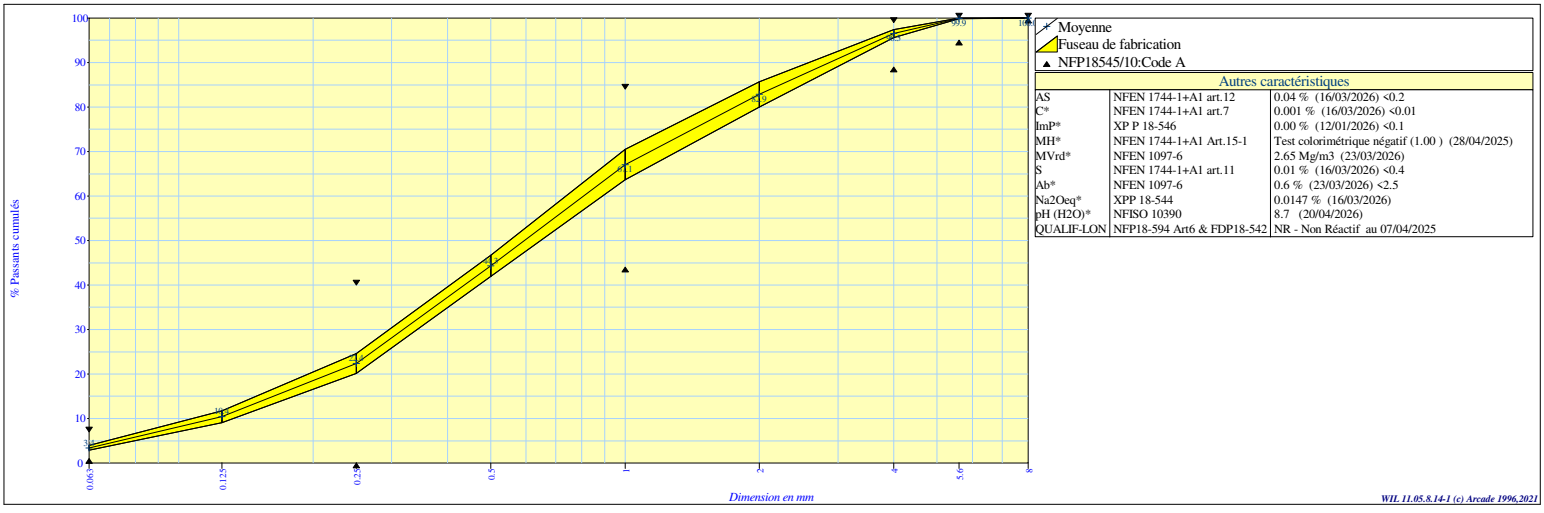

WIL 11.05.8.14-1 (c) Arcade 1996,2021