


機台編號:A1  
日期: 2025/08/15

|               |                          |           |      |     |     |                                    |       |       |                  |                          |     |                |          |                |                  |   |                 |  |  |
|---------------|--------------------------|-----------|------|-----|-----|------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------------------|-----|----------------|----------|----------------|------------------|---|-----------------|--|--|
| 客 戶           | 緯創                       |           | 品 名  |     |     | P2_BRKT_MB_SLED_T<br>OP_COVER_B300 |       |       | 模 具 編 號          |                          |     | 07-25023+F     |          |                | 機台噸位             |   | 350T            |  |  |
| 機 種           | Viking B300              |           | 材 質  |     |     | PC+ABS SABIC C6600-701(原廠黑)        |       |       | 模 具 規 格          |                          |     | 600*680*578    |          |                | 穴 數              |   | 1X1             |  |  |
| 模具廠           | 大園                       |           | 原料料號 |     |     | 31-27084-016                       |       |       | 客 戶 料 號          |                          |     | 542_0B90A_0011 |          |                | 宏塑料號             |   | 03-B0531-016(成) |  |  |
| 操作方式          |                          | ■全自動 □半自動 |      |     |     |                                    | 機 械 手 |       | ■使用 □不用 ■取成品■取料頭 |                          |     |                |          | 備 註            |                  |   |                 |  |  |
| 料管溫度(± 15℃)   |                          |           |      |     |     | 射出壓力(± 15%)                        |       |       |                  |                          |     | 射出位置(±15 mm)   |          |                |                  |   |                 |  |  |
| 射 嘴           | 1                        | 2         | 3    | 4   | 5   | 1                                  | 2     | 3     | 4                | 5                        | 6   | 1              | 2        | 3              | 4                | 5 | 6               |  |  |
| 265           | 260                      | 260       | 255  | 250 | 245 | 1800                               | 1800  | 2250  | 2200             |                          |     | 158            | 156      | 22             | 20               |   |                 |  |  |
| 熱流道溫度(± 15℃)  |                          |           |      |     |     | 熱膠口溫度(± 15℃)                       |       |       |                  |                          |     | 時序控制器          |          |                |                  |   |                 |  |  |
| 1             | 2                        | 3         | 4    | 5   | 6   | 1                                  | 2     | 3     | 4                | 5                        | 6   | 1              | 2        | 3              | 4                | 5 | 6               |  |  |
| 270           | 270                      | 270       | 270  |     |     | 270                                | 270   | 270   |                  |                          |     | 4/3            | 0/7      | 4/3            |                  |   |                 |  |  |
| 射出速度(± 15%)   |                          |           |      |     |     | 保壓                                 | 速度%   | 壓力Bar | 時間(秒)            | 成型週期(秒)                  | 71S |                | 熔膠位置(mm) |                |                  |   |                 |  |  |
| 1             | 2                        | 3         | 4    | 5   | 6   | 1                                  | 10    | 1450  | 1.2              | 冷卻時間(秒)                  | 45  |                | 熔膠位置(mm) |                |                  |   |                 |  |  |
| 15            | 8                        | 45        | 15   |     |     | 2                                  | 10    | 950   |                  | 射出時間(秒)                  | 7   |                | 標準工時(秒)  |                | 85S/1人           |   |                 |  |  |
| 烘料            | 溫度: 110~120℃ 時間: 3~4 Hrs |           |      |     |     | 3                                  |       |       |                  | 背壓(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 15  |                | 成品重量(克)  |                | 400.05g+料頭19.79g |   |                 |  |  |
| 公模溫(℃) 100±10 |                          |           |      |     |     |                                    |       |       |                  | ■模溫機 □冷凍水 □普通水 □滑塊110℃   |     | 母模溫(℃) 80±10   |          | ■模溫機 □冷凍水 □普通水 |                  |   |                 |  |  |

水路圖:

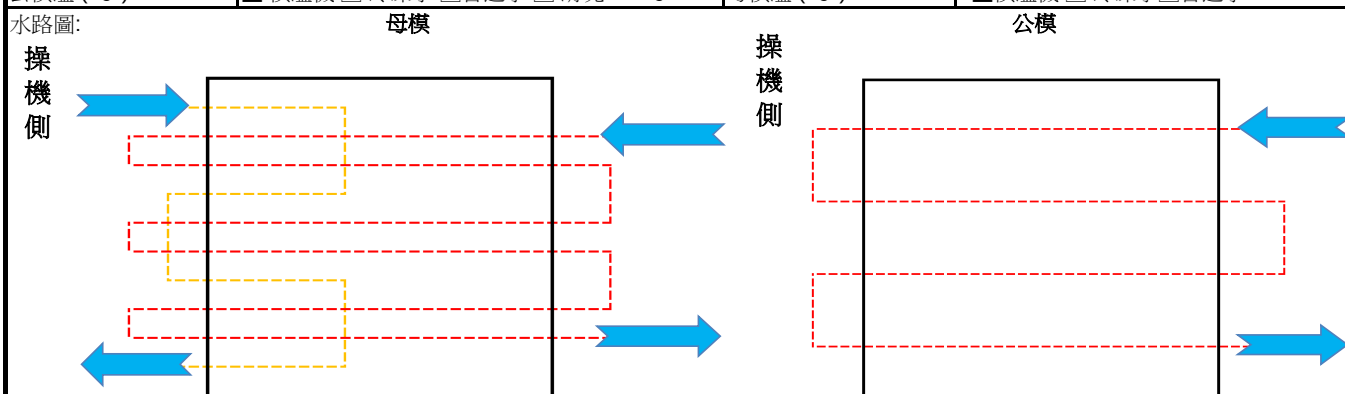

略圖：(單件料號/數量請填入)



**作業說明：**

- 1.作業員將產品取出，放置工作台上。
- 2.將產品油污擦拭乾淨。
- 3.檢查成品有無縮水/毛邊/髒污/缺料/異色點/頂白/變形嚴重等不良現象，規格限度不可超過SIP規定範圍。
- 4.成型品重點量測尺寸請參見成型SIP。
- 5.不良品，請放入不良品箱。

使用工具:1.毛邊刀2.滾棒 3.斜口鉗 4.手套或手指套 5.去漬油。

|        |                                                                                                                                                                                        |           |     |     |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------|
| 備<br>註 | 1.開機生產前: 1-1 確認成形材質(品名,料號,顏色)及塑料乾燥時間,溫度. 1-2 清洗公母模面,確認模面狀況,依照水路圖安裝水路管. 2.正常生產中需檢查模溫,料溫,背壓與原料烘料狀況. 成型條件與SOP不符時, 需請QC或工程人員確認符合品質要求並修正SOP. 3.停機時: 3-1 射盡料管內殘餘熔融塑料,並清洗料管4.正常生產時禁止添加回料進行生產。 |           |     |     |       |
|        | 版 本                                                                                                                                                                                    | 日 期       | 變 更 | 部 門 | 變 更 者 |
|        | 00                                                                                                                                                                                     | 2025/8/15 | 新版  | EN  | 李明章   |
|        |                                                                                                                                                                                        |           |     |     |       |
|        |                                                                                                                                                                                        |           |     |     |       |
|        |                                                                                                                                                                                        |           |     |     |       |

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→  
4. 文管中心發行

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| 核 准 | 審 核     | 製 表 |
| 黃靖峰 | 林寶和/簡恭暉 | 李明章 |

表單編號：GB-04-025-01

電子簽核碼：



# 宏塑工業股份有限公司

## 加工作業標準書-成型加工

☐外製 ☒自制 (請製表者選擇)

客戶：緯創

日期:2025/08/15

文件編號：TW-EN-23-0183-01-012

頁次：

2/3


|      |                                |      |                 |       |        |
|------|--------------------------------|------|-----------------|-------|--------|
| 品名   | P2_BRKT_MB_SLED_TOP_COVER_B300 | 機種   | Viking B300     | 加工工站： | 成型加工   |
| 客戶料號 | 542_0B90A_0011(成)              | 宏塑料號 | 03-B0531-016(成) | 標準工時  | 85S/1人 |
|      |                                |      |                 | 半成品料號 |        |

包裝文件編號：

版本：01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

<從模具中取出產品，全檢產品公母模面外觀>

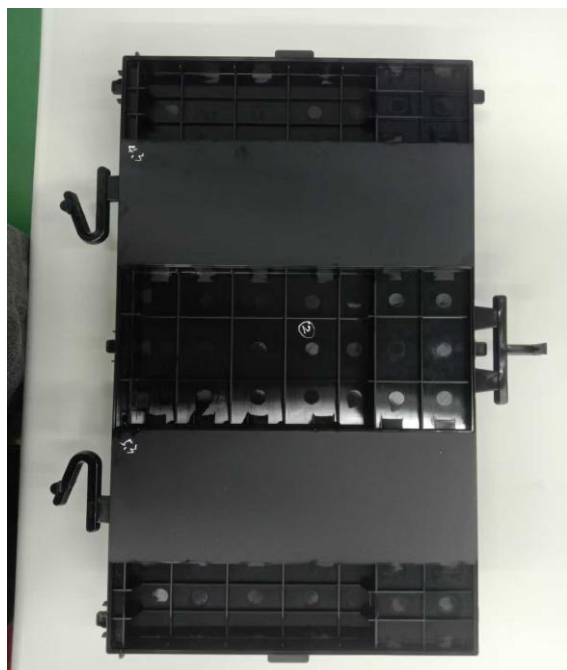

規格說明:(工站流程/規格)

<作業步驟>人數1人 (註：手指都要戴手套或棉手套)

- 1.作業員取出產品,檢查產品外觀。
- 2.擦拭外觀
- 3.檢查產品外觀不可缺料，縮水，變形，全檢後擺放放入包裝箱內。
- 4.外觀表面光澤度控制到2.5~3.2之間。

品質說明:

- 1.生產前，品管首件OK後，前10模為報廢品。
- 2.水口一定要削平，不可高出。
- 3.外觀不可有黑點、髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 4.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 5.產品不可以堆積。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.棉布

|                                                        |           |    |     |         |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|----|-----|---------|------------|
| 版本                                                     | 日期        | 變更 | 部門  | 變更者     | 變更號碼       |
| 00                                                     | 2025/8/15 | 新制 | EN  | 李明章     | 2026.08.28 |
|                                                        |           |    |     |         | B.C.C      |
|                                                        |           |    |     |         | 管制中        |
| ※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→ 4. 文管中心發行 |           |    | 核准  | 審核      | 製表         |
|                                                        |           |    | 黃靖峰 | 林寶和/簡恭暉 | 李明章        |

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：

客戶：緯創

頁次：

3/3

日期:2025/08/15

文件編號：TW-EN-23-0183-01-012

加工工站：

成型加工

|      |                                    |      |                 |       |        |
|------|------------------------------------|------|-----------------|-------|--------|
| 品名   | P2_BRKT_MB_SLED_T<br>OP_COVER_B300 | 機種   | Viking B300     | 標準工時  | 85S/1人 |
| 客戶料號 | 542_0B90A_0011(成)                  | 宏塑料號 | 03-B0531-016(成) | 半成品料號 |        |

包裝文件編號：



版本：01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

規格說明:(工站流程/規格)

<包裝步驟>

- 1.產品每1PCS套好氣泡袋；
- 2.下層14pcs 上層6pcs,共2層,20PCS/箱,
- 3.請放天地隔板,2PCS/箱
- 4.工字封箱



BOX  
氣泡袋  
隔板

21-10806-008  
21-02220-80N  
21-01091-040

20PCS/BOX  
1PCS/BAG  
2PCS/BOX

品質說明:

- 1.產品外觀不可有髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 2.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 3.產品不可以堆積及互壓情形。
- 4.外箱標識須清楚字體清晰。
- 5.包裝箱不可有變形及破損現象。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.封箱膠帶。

|    |           |    |    |     |      |
|----|-----------|----|----|-----|------|
| 版本 | 日期        | 變更 | 部門 | 變更者 | 變更號碼 |
| 00 | 2025/8/15 | 新制 | EN | 李明章 |      |
|    |           |    |    |     |      |
|    |           |    |    |     |      |

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→  
4. 文管中心發行

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| 核准  | 審核      | 製表  |
| 黃靖峰 | 林寶和/簡恭暉 | 李明章 |

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：

