
Alt bakır (B.Cu) — POZİTİF FOTOREZİST için asetat film


Siyah = opak = bakır kalacak (pozitif rezist: ışık gören yer gelişir/çözülür). Asetat/transparan film, lazer yazıcı.


YAZDIRMA: %100 / "Gerçek boyut" seçin. "Sayfaya sığdır", "Fit to page", "Küçült" KAPALI olmalı.
Yazdırdıktan sonra 50 mm ölçek çubuğunu cetvelle ölçün; 50,0 mm değilse tekrar yazdırın.
Toner yüzü bakıra (rezist yüzüne) değecek şekilde yerleştirin → ışık saçılması/alttan sızma en az olur.
Bu nedenle çıktı AYNALANMAMIŞTIR: film toner yüzü aşağı konduğunda bakırda doğru (alttan bakış) desen oluşur.
Yoğunluk için iki filmi üst üste hizalayıp bantlayın (toner yoğunluğu ikiye katlanır). Kontrol yazısı: "ON1-DIY ALT".

Film 1 (iki film üst üste kullanılabilir)

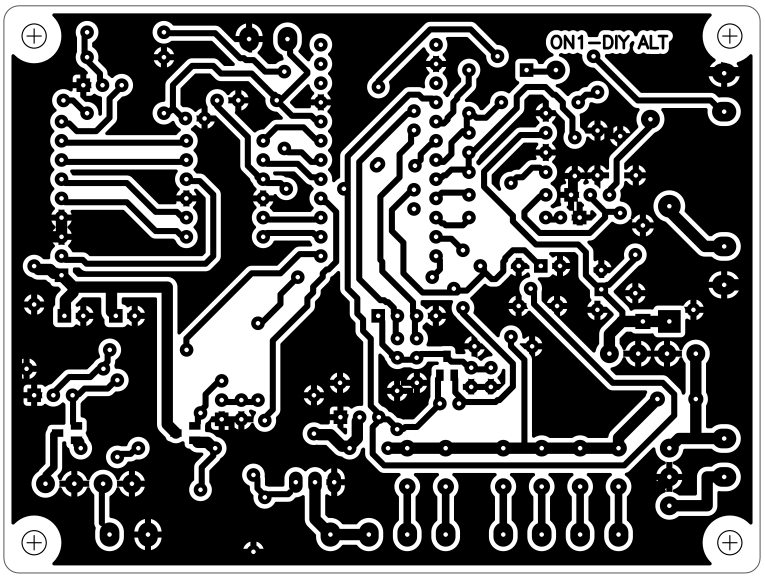

Film 2 (iki film üst üste kullanılabilir)

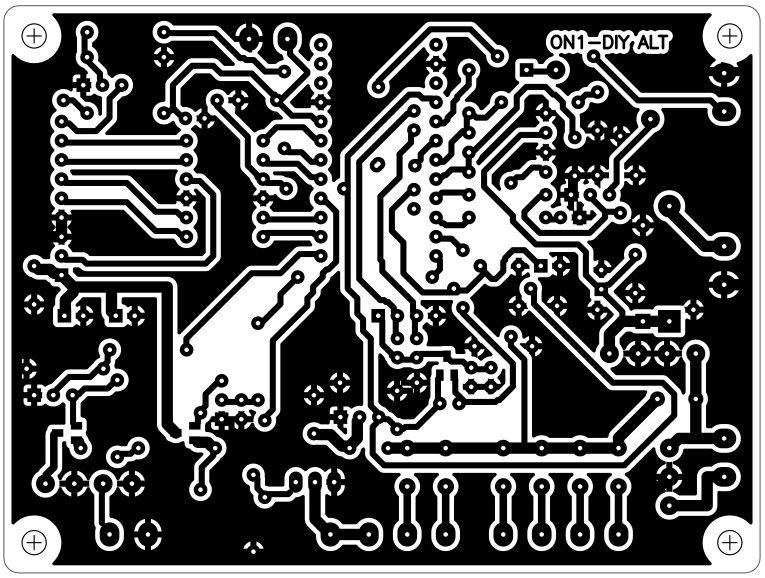



Pozlama: UV LED (395-405 nm) ~10 cm'den 60-120 s (önce test şeridi). Banyo: %0,5-1 NaOH (veya rezist üreticisinin banyosu).