ПП-062215009-02

Перв. примен. ПП-062215009-02

Справ. №

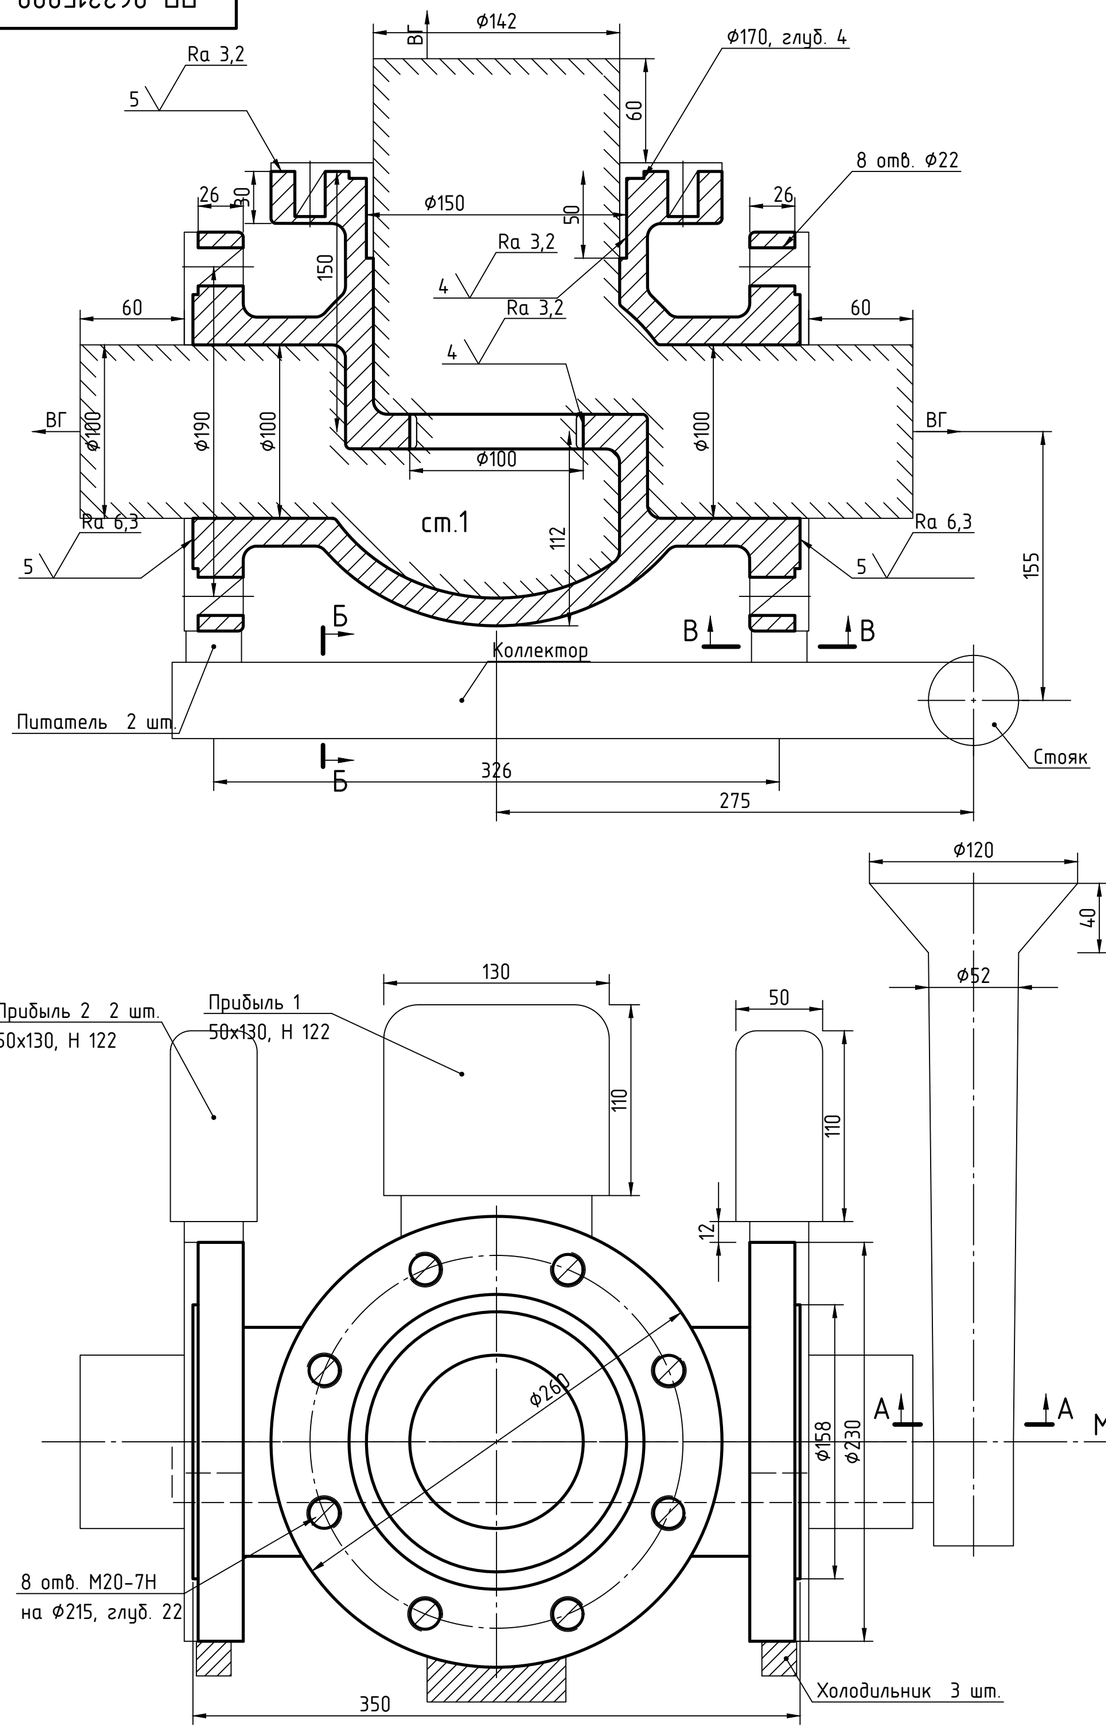

А-А (1:1)



Fст = 16,6 см^2

Б-Б (1:1)



Fкол = 14,0 см^2

В-В (1:1)



Fп = 5,76 см^2; 2 шт.

ΣFп = 11,5 см^2

1. Форму и стержень изготовлять из ХТС на фурановой смоле; у перегородки, седла и фланцев – облицовочная смесь на хромитовом песке.
2. Разъём формы – по плоскости симметрии отливки (оси патрубков и горловины); главный вид – в плоскости разъёма.
3. Точность отливки 10-6-14-10 ГОСТ 26645-85.
4. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92 (табл. 2): h 63...100 мм – 0°45', h 100...160 мм – 0°35'; на увеличение размеров отливки.
5. Литейная усадка 1,8 %.
6. Стержень ст.1 – на три горизонтальных знака; зазоры в знаках по ГОСТ 3212-92.
7. Покрытие формы и стержня – циркониевое на спиртовой основе.
8. Прибыли закрытые, в теплоизоляционных вкладышах; шейка прибылей 34х110, h 12. Холодильники наружные стальные.
9. Температура заливки 1560...1590 °С, время заливки 12...13 с.
10. Масса, кг: отливки 53,1, прибылей 14,0, ЛПС 12,2; металла на форму 79.
11. Неуказанная толщина стенок 16 мм.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шарабуров		
Пров.		Степанова		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПП-062215009-02

Корпус клапана.
Элементы литейной формы

Лит.	Масса	Масштаб
У	45,3	1:2,5

Лист 1 | Листов 1

Сталь 20ГЛ
ГОСТ 977-88

СФУ ИЦМ
гр. 3ЦМ22-01Б

Копировал

Формат А2