(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

TEST REPORT

의 뢰 자 : (주)스타플렉스
주 소 : 충북 음성군 삼성면 선정리 669

접 수 번 호 : M270-24-03153
접 수 일 자 : 2024-06-17
발 급 일 자 : 2024-06-25
용 도 : 품질관리용
쪽 번 호 : 1/3

의뢰자제시시료명 : STP1054XCL 아이보리(졸) FR

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시 험 결 과 ■

01. 인장강도 (KS K 0520 : 2021) : N

	#1
경사	1 900
위사	1 700

주) 의뢰자 요청에 의하여 상기 시험방법 적용하였음

02. 인열강도 (KS K 0536 : 2019) : N

	#1
경사	129.7
위사	115.9

주) 경사, 위사 : 심사 노출에 의한 코팅층 분리

03. 접착강도 (KS K 0533 : 2019) : N/5.1 cm

	#1
	97

주) 접착제 종류 : 시아노아크릴레이트 비용매타입

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장

※ 문서 확인 번호 : L4Q1-83D8-N3E9 ※
(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

04. 질량 (KS K 0514 : 2022) : g/m²

	#1
	776.7

05. 방염성 (KS F 2819 : 2016, A 법)

#1						
구분	1	2	3	1	2	3
가열시간	**10 초**			**20 초**		
탄화길이(mm)	37	37	39	52	46	49
잔 염(s)	0	0	0	0	0	1.8
잔 진(s)	0	0	0	0	0	0
가열시간	**30 초**			**1 분**		
탄화길이(mm)	49	45	51	49	56	55
잔 염(s)	0	1.2	0	0	0	0
잔 진(s)	0	0	0	0	0	0
가열시간	**2 분**			**3 분**		
탄화길이(mm)	58	50	52	56	60	53
잔 염(s)	0	0	0	0	0	0
잔 진(s)	0	0	0	0	0	0
판 정	방염 2급					

주) 기준

종류	탄화길이(mm)	잔 염(초)	잔 진(초)
방염 1급	50 mm 이하	없음	1분 후에 존재하지 않을 것
방염 2급	100 mm 이하	5초 이하	
방염 3급	150 mm 이하	5초 이하	

** 시험 결과 기록 완료 **

e-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

(28115) 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804

- 시료사진 -

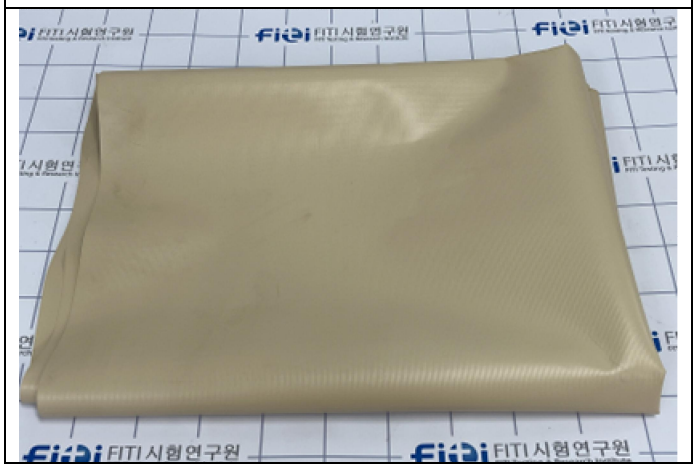

e-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.