

**РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 5264-80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ Основные типы, конструктивные элементы и размеры Manual arc welding. Welding joints. Main types, design elements and dimensions ОКП 06 0200 0000	ГОСТ 5264-80* Взамен ГОСТ 5264-69
--	---

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.05.90 № 1079

Дата введения установлена **01.07. 81**

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 5-94)

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых ручной и дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80.

2. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

3. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2 - 54.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980

© Издательство стандартов, 1995

** Переиздание (ноябрь 1994 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4-89)*

Таблица 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Стыковое	С отбортовкой кромок	Односторонний			1-4	C1
					1-12	C28
	С отбортовкой одной кромки				1-4	C3
						C2
	Без скоса кромок	Односторонний на съемной подкладке			1-4	C4
		Односторонний на остающейся подкладке				C5

ГОСТ 5264-80 С. 3

Продолжение табл.1

Стыковое	Без скоса кромок	Односторонний замковый			1-4	C6
					2-5	C7
	Без скоса кромок последующей дорожкой	Двусторонний			6-12	C42
	Со скосом одной кромки	Односторонний			3-60	C8
		Односторонний на съемной подкладке				C9

С. 4 ГОСТ 5264-80

Продолжение табл.1

Стыко- вое	Со скосом одной кромки	Односторон- ний на оста- ющейся подкладке			3-60	C10
		Односторон- ний замко- вый				C11
						C12
	С криво- линейным скосом одной кромки	Двусторон- ний			15-100	C13
	С ломаным скосом одной кромки					C14

ГОСТ 5264-80 С. 5

Продолжение табл.1

Стыко- вое	С двумя сим- метричными скосами од- ной кромки	Двусторон- ний			8-100	C15
	С двумя сим- метричными криволи- нейными ско- сами одной кромки				30-120	C16
	С двумя сим- метричными скосами од- ной кромки				12-100	C43
	Со скосом кромки	Односторон- ний			3-60	C17
		Односторон- ний на съем- ной подклад- ке				C18

С. 6 ГОСТ 5264-80

Продолжение табл.1

Стыко- вое	Со скосом кромки	Односторон- ний на ос- тающейся подкладке			6-100	C19
		Одно- сторонний замковый			3-60	C20
						C21
	Со скосом кромки с после- дующей до- рожкой	Двусторон- ний		 	8-40	C45



ГОСТ 5264-80 С. 7

Продолжение табл.1

Стыко- вое	С криволи- нейным ско- сом кромки	Двусторон- ний			15-120	C23
	С ломаным скосом кромки					C24
	С двумя сим- метричными скосами кро- мок				8-120	C25
	С двумя сим- метричными криволи- нейными ско- сами кромки				30-175	C26







С. 8 ГОСТ 5264-80

Продолжение табл.1

Стыко- вое	С двумя сим- метричными ломаными скосами кро- мок	Двусторон- ний			30-175	C27
	С двумя не- симмет- ричными ско- сами кромок				12-120	C39
						C40
Угловое	С отбортовкой одной кромки				1-4	У1








ГОСТ 5264-80 С. 9






Продолжение табл.1

Угловое	С отбортовкой одной кромки	Односторонний			1-12	У2
	Без скоса кромок				1-6	У4
					1-30	







С. 10 ГОСТ 5264-80







Продолжение табл.1

Угловое	Без скоса кромок	Двусторонний			2-8	Y5
					2-30	
	Со скосом одной кромки	Односторонний			3-60	Y6
		Двусторонний				Y7

Угловое	С двумя симметричными скосами одной кромки	Двусторонний			8-100	У8
	Со скосом кромок	Односторонний			3-60	У9
		Двусторонний				У10




С. 12 ГОСТ 5264-80

Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний			2-10	T1
		Двусторонний				T3
	Со скосом одной кромки	Односторонний			3-60	T6
		Двусторонний				T7

Тавровое	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний			15-100	T2
	С двумя симметричными скосами одной кромки				8-100	T8
					12-100	T9

С. 14 ГОСТ 5264-80

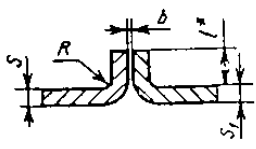

Продолжение табл.1

Тавровое	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки	Двусторонний			30-120	T5
Нахлесточное	Без скоса кромок	Односторонний			2-60	H1
		Двусторонний				H2

ГОСТ 5264-80 С. 15

Таблица 2

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b		R	i	e, не более
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Ном. ин.	Пред. откл.			
C1	 $s_1 \geq l$		От 1 до 2	0	+0,5	От s до 2s	От s до 3s	2s + 3
			Св. 2 до 4		+1,0			

* Размер для справок

Таблица 3

Размеры, мм

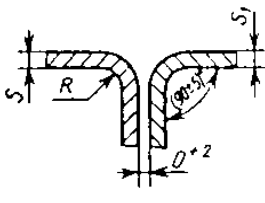

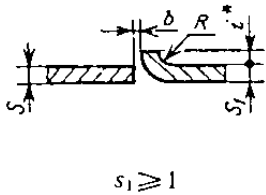

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	R	e, не более	g	
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин	Пред. откл.
C28	 $s_1 \geq 1$		От 1 до 2	От s до 2s	3s + 2	0	+1
			Св. 2 до 6		2s + 3		+2
			Св. 6 до 9				+3
			Св. 9 до 12		2s + 4		

Таблица 4

Размеры, мм								
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b		R	i	e, не более
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.			
СЗ			От 1 до 2	0	+0,5	От s до 2s	От s до 3s	2s + 3
	$s_1 \geq 1$		Св. 2 до 4		+1,0			

* размер для справок

Таблица 5

Размеры, мм								
Условное обозна- чение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	b		e , не бо- лее	g	
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.
С2			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	1,0	±0,5
			Св.1,5 до 3,0	1	±1,0	7	1,5	±1,0
			Св.3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8	2,0	

ГОСТ 5264-80 С. 17

Таблица 6

Размеры, мм									
Условное обозна- чение сварного соеди- нения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	b		е, не более	е ₁ , не более	g	
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но- мин.	Пред откл.			Но- мин.	Пред откл.
С4			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	4	1,0	±0,5
			Св.1,5 до 3,0	1	±1,0	7	6	1,5	±1,0
			Св.3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8		2,0	

Таблица 7

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	b		e , не более	g	
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
C5			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	1,0	±0,5
			Св.1,5 до 3,0	1	±1,0	7	1,5	±1,0
			Св.3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8	2,0	

С. 18 ГОСТ 5264-80

Таблица 8

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	b		e , не более	g	
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
C6			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	1,0	±0,5
			Св.1,5 до 3,0	1	±1,0	7	1,5	±1,0
			Св.3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8	2,0	

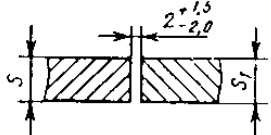
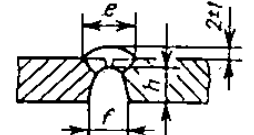
Таблица 9

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	b		e , не бо- лее	g
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.		Номин.
C7			2	2	±1,0	8	1,5
			Св.2 до 4			9	
			Св.4 до 5		+1,5 -1,6	10	2,0

Таблица 10

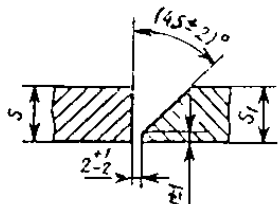

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	h ± 1	f ± 1	e , не бо- лее	e_1 , не бо- лее
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва					
С42			От 6 до 8	4	7	10	12
			Св.8 до 10	6	9	12	14
			Св.10 до 12	8	11	14	16

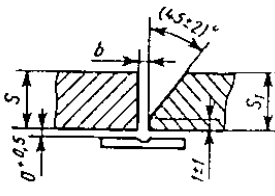

С. 20 ГОСТ 5264-80

Таблица 11

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s=s_1$	b		g	
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
С8			От 3 до 5	8	+0,5	1,0	±0,5
			Св.5 до 8	12	±2	0,5	±1,5 -0,5
			Св.8 до 11	16			
			Св.11 до 14	20			
			Св.14 до 17	24	±3		+2,0 -0,5
			Св.17 до 20	28			
			Св.20 до 24	32			
			Св.24 до 28	35			
			Св.28 до 32	38			
			Св.32 до 36	41			
			Св.36 до 40	44			
			Св.40 до 44	49	±4		
			Св.44 до 48	53			
			Св.48 до 52	56			
			Св.52 до 56	60			
			Св.56 до 60	64			

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s=s ₁	b ±1	e		e ₁ ±2	g			
	подготавливаемых кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред откл.		Но-мин	Пред откл.		
С9			От 3 до 5	3	10	±2	4	0,5	+1,5 ±0,5		
			Св.5 до 8		14						
			Св.8 до 11	4	18						
			Св.11 до 14		22						
			Св.14 до 17	5	26	±3	6		+2,0 -0,5		
			Св.17 до 20		30						
			Св.20 до 24		34						
			Св.24 до 28		38						
			Св.28 до 32		41						
			Св.32 до 36		44						
			Св.36 до 40		49						
			Св.40 до 44		53	±4	8				
			Св.44 до 48		56						
			Св.48 до 52		60						
			Св.52 до 56		64						
			Св.56 до 60		68						

С. 22 ГОСТ 5264-80

Таблица 13

Размеры, мм

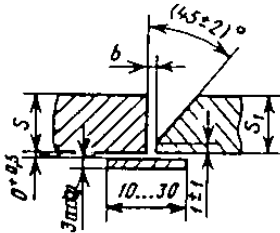

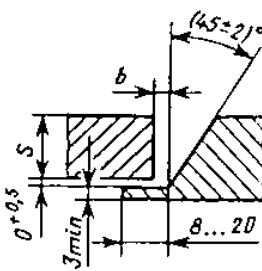

Условное обозна- чение сварного соедине- ния	Конструктивные элементы		$s = s_1$	b ± 1	e		g			
	подготовленных кро- мок свариваемых дета- лей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Ном- ин.	Пред. откл.		
С10			От 3 до 5	3	10	± 2		$\pm 1,5$ $-0,5$		
			Св.5 до 8		14					
			Св.8 до 11	4	18					
			Св.11 до 14		22					
			Св.14 до 17	5	26	± 3	0,5	$+2,0$ $-0,5$		
			Св.17 до 20		30					
			Св.20 до 24		34					
			Св.24 до 28		38					
			Св.28 до 32		41					
			Св.32 до 36		44					
			Св.36 до 40		49					
			Св.40 до 44		53	± 4				
			Св.44 до 48		56					
			Св.48 до 52		60					
			Св.52 до 56		64					
			Св.56 до 60		68					

Таблица 14

Размеры, мм									
Условное обозна- чение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b ±1	e		g		
	подготовленных кро- мок свариваемых дета- лей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
C11			От 3 до 5	3	10	±2	0,5	+1,5 -0,5	
			Св.5 до 8		14				
			Св.8 до 11	4	18			±3	+2,0 -0,5
			Св.11 до 14		22				
			Св.14 до 17	5	26				
			Св.17 до 20		30				
			Св.20 до 24		34				
			Св.24 до 28		38				
			Св.28 до 32		41				
			Св.32 до 36		44				
			Св.36 до 40		49				
			Св.40 до 44		53				
			Св.44 до 48		56				
			Св. 48 до 52		60				
			Св.52 до 56		64				
			Св.56 до 60		68	±4			

С. 24 ГОСТ 5264-80

Таблица 15

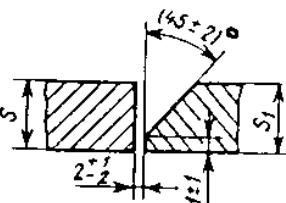

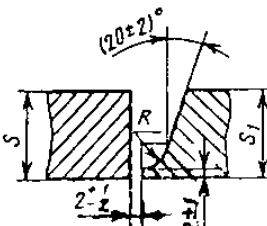

Размеры, мм									
Условное обозна- чение сварного соедине- ния	Конструктивные элементы		s = s ₁	e		e ₁ ±2	g = g ₁		
	подготовленных кро- мок свариваемых дета- лей	сварного шва		Но- мин.	Пред. откл.		Но- мин.	Пред. откл.	
C12			От 3 до 5	8	±2	8	0,5	+1,5 -0,5	
			Св.5 до 8	12					
			Св.8 до 11	16					
			Св.11 до 14	20					
			Св.14 до 17	24	±3	10			
			Св.17 до 20	28					
			Св.20 до 24	32					
			Св. 24 до 28	35					
			Св. 28 до 32	38					
			Св.32 до 36	41	±4	12		+2,0 -0,5	
			Св.36 до 40	44					
			Св.40 до 44	49					
			Св.44 до 48	53					
			Св.48 до 52	56					
			Св.52 до 56	60					
			Св.56 до 60	64					

Таблица 16

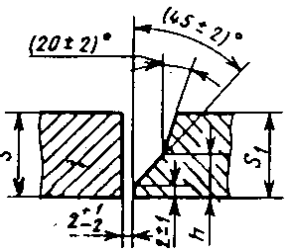

Размеры, мм

Условное обозна- чение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$R \pm 1$	e		$e_1 \pm 2$	$s = s_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Ном- ин.	Пред. откл.
С13			От 15 до 17	8	16	± 3	10	0,5	$+2,0$ $-0,5$
			Св.17 до 20		17				
			Св.20 до 24		18				
			Св.24 до 28		19				
			Св.28 до 32		20				
			Св.32 до 36		22				
			Св.36 до 40		24				
			Св.40 до 44		26				
			Св.44 до 48		28				
			Св.48 до 52		30				
			Св.52 до 56		32				
			Св.56 до 60		34				
			Св.60 до 64	10	36	± 5	14	$+3,0$ $-0,5$	
			Св.64 до 70		38				
			Св.70 до 76		40				
			Св.76 до 82		42				
			Св.82 до 88		44				
			Св.88 до 94		46				
			Св.94 до 100		48				

С. 26 ГОСТ 5264-80

Таблица 17

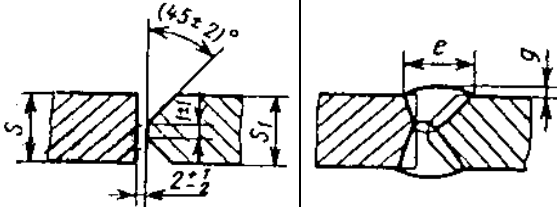

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$h_1 \pm 1$	e		$e_1 \pm 2$	$g = g_1$		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред.откл.		Но-мин.	Пред.откл.	
С14			От 15 до 17	10	16	± 3	10	0,5	$+2,0$ $-0,5$	
			Св.17 до 20		17					
			Св.20 до 24		18					
			Св.24 до 28		19					
			Св.28 до 32		20					
			Св.32 до 36	12	22	± 4	12			$+2,0$ $-0,5$
			Св.36 до 40		24					
			Св.40 до 44		26					
			Св.44 до 48		28					
			Св.48 до 52		30					
			Св.52 до 56		32					
			Св.56 до 60		34					
			Св.60 до 64	36	± 5	14	$+3,0$ $-0,5$			
			Св.64 до 70	38						
			Св.70 до 76	40						
			Св.76 до 82	42						
			Св.82 до 88	44						

			Св.88 до94		46				
			Св.94 до100		48				

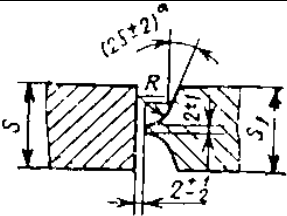

ГОСТ 5264-80 С. 27

Таблица 18

Размеры, мм									
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.		
C15			От 8 до 11	10	±2	0,5	+1,5 -0,5		
			Св.11 до 14	12			±3	+2,0 -0,5	
			Св.14 до 17	14	±4				-3,0 -0,5
			Св.17 до 20	16					
			Св.20 до 24	18					
			Св.24 до 28	20					
			Св.28 до 32	22					
			Св.32 до 36	24					
			Св.36 до 40	26					
			Св.49 до 44	28					
			Св.44 до 48	30					
			Св.48 до 52	32					
			Св.52 до 56	34					
			Св.56 до 60	36					
			Св.60 до 64	39					
			Св.64 до 70	42					
			Св.70 до 76	45					
			Св.76 до 82	48					
			Св.82 до 88	51					
			Св.88 до 94	54					
			Св.94 до100	58					

С. 28 ГОСТ 5264-80

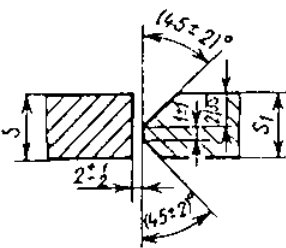

Таблица 19

Размеры, мм								
Условное обозначение сварного элемента	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$R \pm 1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
C16			От 30 до 32	8	16	± 3	0,5	$+2,0$ $-0,5$
			Св.32 до 36		17			
			Св. 36 до 40		18			
			Св. 40 до 44		19			
			Св. 44 до 48		20			
			Св. 48 до 52		21			
			Св. 52 до 56		22			
			Св. 56 до 60		23			
			Св. 60 до 64	10	24	± 4	$+3,0$ $-0,5$	
			Св. 64 до 70		25			
			Св. 70 до 76		26			
			Св. 76 до 82		27			
			Св. 82 до 88		28			

			Св. 88 до 94		29			
			Св. 94 до 100		30			
			Св. 100 до 106		32			
			Св. 106 до 112		34			
			Св. 112 до 118		36			
			Св. 118 до 120		38			

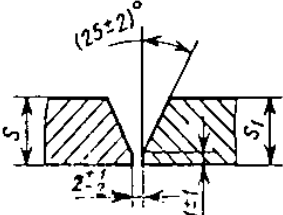
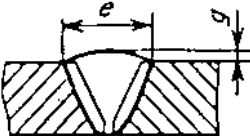
ГОСТ 5264-80 С. 29

Таблица 20

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Размеры, мм							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	$s = s_1$	e		e_1		$g = g_1$		
				Но-мин	Пред. откл.	Но-мин	Пред. откл.	Но-мин	Пред. откл.	
C43			От 12 до 14	18	±2	15	±2	0,5	+1,5 -0,5	
			Св.14 до 17	19	±3	16			+2,0 -0,5	
			Св.17 до 20	20		17				
			Св.20 до 24	22		18				
			Св.24 до 28	24		19				
			Св.28 до 32	27		20				
			Св.32 до 36	30		21				
			Св.36 до 40	33		22				
			Св.40 до 44	36		23				
			Св.44 до 48	39		25				
			Св.48 до 52	42		27				
			Св.52 до 56	45		29				
			Св.56 до 60	48		31				
			Св.60 до 64	51	±4	33	±3	+3,0 -0,5		
			Св.64 до 70	54		35				
			Св.70 до 76	57		37				
			Св.76 до 82	60		39				
			Св.82 до 88	63		41				
			Св.88 до 94	66		43				
			Св.94 до 100	69		45				

С. 30 ГОСТ 5264-80

Таблица 21

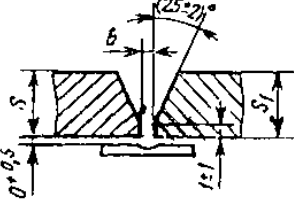

Размеры, мм							
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s = s ₁	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
C17			От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св.5 до 8	12			
			Св.8 до 11	16			
			Св.11 до 14	19			
			Св.14 до 17	22	±3		+2,0 -0,5
			Св.17 до 20	26			
			Св.20 до 24	30			
			Св.24 до 28	34			
			Св.28 до 32	38			
			Св.32 до 36	42			

			Св.36 до 40	47	±4		
			Св.49 до 44	52			
			Св.44 до 48	54			
			Св.48 до 52	56			
			Св.52 до 56	60			
			Св.56 до 60	65			

ГОСТ 5264-80 С. 31

Таблица 22

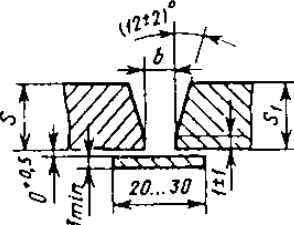

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$b \pm 1$	e		$e_1 \pm 1$	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред.откл.		Но-мин.	Пред.откл.
C18			От 3 до 5	3	10	±2	4		+1,5 -0,5
			Св.5 до 8		16				
			Св.8 до 11	4	20				
			Св.11 до 14		24				
			Св.14 до 17	5	28	±3 ±4	6	0,5	+2,0 -0,5
			Св.17 до 20		32				
			Св.20 до 24		36				
			Св.24 до 28		40				
			Св.28 до 32		44				
			Св.32 до 36		48				
			Св.36 до 40		50				
			Св.40 до 44		54				
			Св.44 до 48		56				
			Св.48 до 52		60				
			Св.52 до 56		63				
			Св.56 до 60		68				

С. 32 ГОСТ 5264-80

Таблица 23

Размеры, мм

Условное обозначение сварного элемента	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$b \pm 1$	e		g			
	подготовленных кро- мок свариваемых дета- лей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.		
C19			От 6 до 10	8	17	±2	0,5	+1,5 -0,5		
			Св.10 до 14		19					
			Св. 14 до 18		22	±3				
			Св. 18 до 22		24					
			Св. 22 до 26		26					
			Св. 26 до 30		28					
			Св. 30 до 35		30					
			Св. 35 до 40		32					
			Св. 40 до 47	12	34	±4		+2,0 -0,5		
			Св. 47 до 54		36					
			Св. 54 до 60		38					
			Св. 60 до 66		40	±5				
			Св. 66 до 72		44					
			Св. 72 до 78		48					
			Св. 78 до 85		52					

			Св. 85 до 92		56			
			Св. 92 до 100		60			

ГОСТ 5264-80 С. 33
Таблица 24

Размеры, мм											
Условное обозначение сварного элемента	Конструктивные элементы		s	b±1	e		g				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.			
C20			От 3 до 5	3	10	±2		+1,5 -0,5			
			Св.5 до 8		16						
			Св. 8 до 11	4	20				±3	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 11 до 14		24						
			Св. 14 до 17	5	28	±4					
			Св. 17 до 20		32						
			Св. 20 до 24		36						
			Св. 24 до 28		40						
			Св. 28 до 32		44						
			Св. 32 до 36		48						
			Св. 36 до 40		50						
			Св. 40 до 44		54						
			Св. 44 до 48		56						
			Св. 48 до 52		60						
			Св. 52 до 56		63						
			Св. 56 до 60		68						

С. 34 ГОСТ 5264-80

Таблица 25

Размеры, мм										
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s = s ₁	e		e ₁ ±2	g = g ₁			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.		
C21			От 3 до 5	8	±2	8		+1,5 -0,5		
			Св.5 до 8	12						
			Св.8 до 11	16						
			Св.11 до 14	19	±3	10	0,5	+2,0 -0,5		
			Св.14 до 17	22						
			Св.17 до 20	26						
			Св.20 до 24	30						
			Св. 24 до 28	34						
			Св. 28 до 32	38						
			Св.32 до 36	42	±4	12				
			Св.36 до 40	47						
			Св.40 до 44	52						
			Св.44 до 48	54						
			Св.48 до 52	56						
			Св.52 до 56	60						

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	c +2 -1	h +2 -1	f +2 -1	e		e_1 ±2	$g = g_1$		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.	
С 45			От 8 до 11	4	6	12	14	±2	18	0,5	+1,5 -0,5	
			Св. 11 до 14				16					
			Св.14 до 17				20					
			Св.17 до 20	7	9	14	24	±3	20	+2,0 -0,5		
			Св.20 до 24				27					
			Св.24 до 28				30					
			Св.28 до 32	10	12	16	34		22			
			Св.32 до 36				36					
			Св.36 до 40				38					

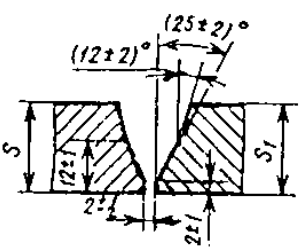
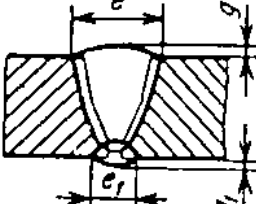
С. 36 ГОСТ 5264-80

Таблица 27

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1 ±2	$g = g_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
С23			От 15 до 17	26	±3	10	0,5	+2,0 -0,5
			Св.17 до 20	28				
			Св.20 до 24	30				
			Св.24 до 28	32				
			Св.28 до 32	33				
			Св.32 до 36	34				
			Св.36 до 40	35	±4	12	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 40 до 44	36				
			Св. 44 до 48	38				
			Св.48 до 52	40				
			Св.52 до 56	42				
			Св.56 до 60	44	±5	14	+3,0 -0,5	+3,0 -0,5
			Св.60 до 64	46				
			Св.64 до 70	48				
			Св.70 до 76	50				
			Св.76 до 82	52				
			Св.82 до 88	54				
			Св.88 до 94	56				
			Св.94 до 100	60				

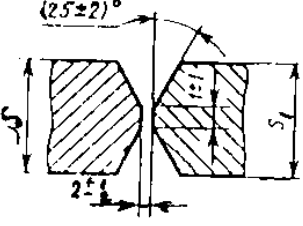

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		$e_1 \pm 2$	$g = g_1$		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Ном-ин.	Пред откл.	
C24			От 15 до 17	24	±3	10	0,5	+2,0 -0,5	
			Св.17 до 20	26					
			Св.20 до 24	28					
			Св.24 до 28	30					
			Св.28 до 32	32					
			Св.32 до 36	34					
			Св.36 до 40	36					
			Св. 40 до 44	38	±4	12			+3,0 -0,5
			Св. 44 до 48	40					
			Св.48 до 52	42					
			Св.52 до 56	44					
			Св.56 до 60	46					
			Св.60 до 64	48	±5	14		+3,0 -0,5	
			Св.64 до 70	50					
			Св.70 до 76	52					
			Св.76 до 82	54					
			Св.82 до 88	56					
			Св.88 до 94	58					
			Св.94 до 100	60					

С. 38 ГОСТ 5264-80

Таблица 29

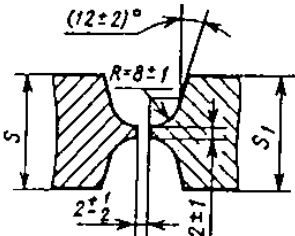
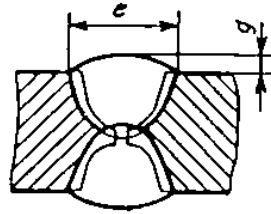
Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
C25			Св.8 до 11	10	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св.11 до 14	12			
			Св.14 до 17	14	±3	+2,0 -0,5	+2,0 -0,5
			Св.17 до 20	16			
			Св.20 до 24	18			
			Св.24 до 28	20			
			Св.28 до 32	22			
			Св.32 до 36	24			
			Св.36 до 40	26			
			Св.49 до 44	28			
			Св.44 до 48	30			
			Св.48 до 52	32			
			Св.52 до 56	34			
			Св.56 до 60	36			
			Св.60 до 64	39	±4	+3,0 -0,5	+3,0 -0,5
			Св.64 до 70	42			
			Св.70 до 76	45			
			Св.76 до 82	48			
			Св.82 до 88	51			
			Св.88 до 94	54			
			Св.94 до 100	57			

			Св.100 до 106	60			
			Св.106 до 112	63			
			Св.112 до 118	66			
			Св.118 до 120	68			

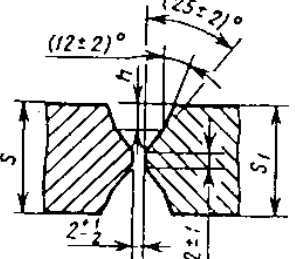

ГОСТ 5264-80 С. 39

Таблица 30

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s = s ₁	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
C26			От 30 до 34	23	±3		+2,0 -0,5
			Св.34 до 38	24			
			Св.38 до 42	25			
			Св.42 до 46	26			
			Св.46 до 50	27			
			Св.50 до 54	28			
			Св.54 до 60	29			
			Св.60 до 66	31	±4	0,5	
			Св.66 до 72	33			
			Св.72 до 78	34			
			Св.78 до 84	36			
			Св.84 до 90	38			
			Св.90 до 96	40			
			Св.96 до 100	42			
			Св.100 до 108	44			
			Св.108 до 116	46	±5		+3,0 -0,5
			Св.116 до 124	48			
			Св.124 до 132	50			
			Св.132 до 140	52			
			Св.140 до 148	54			
			Св.148 до 156	56			
			Св.156 до 164	60			
			Св.164 до 170	64			
			Св.170 до 175	68			

С. 40 ГОСТ 5264-80

Таблица 31

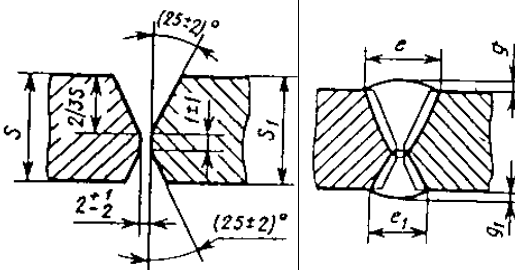

Размеры, мм								
Условное обозначение сварного элемента	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$h \pm 1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Ном-ин.	Пред. откл.
C27			От 30 до 34	8	17	±3	0,5	+2,0 -0,5
			Св.34 до 38		18			
			Св.38 до 42		20			
			Св.42 до 46		21			
			Св.46 до 50		22			
			Св.50 до 54		23			
			Св.54 до 60		25			
			Св.60 до 66	12	28	±4		+3,0 -0,5
			Св.66 до 72		30			
			Св.72 до 78		32			

			Св.78 до 84		34			
			Св.84 до 90		36			
			Св.90 до 96		38			
			Св.96 до 100		40			
			Св.100 до 108		42			
			Св.108 до 116	20	44	±5		
			Св.116 до 124		46			
			Св.124 до 132		50			
			Св.132 до 140		54			
			Св.140 до 148		57			
			Св.148 до 156		60			
			Св.156 до 164		64			
			Св.164 до 170		68			
			Св.170 до 175		72			

ГОСТ 5264-80 С. 41

Таблица 32

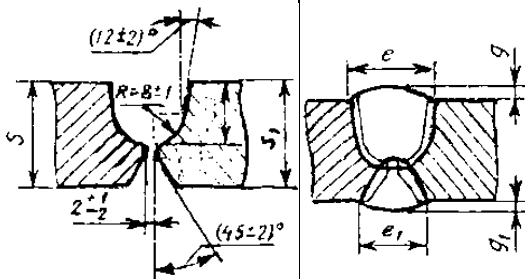

Размеры, мм

Условное обозна- чение сварного элемента	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1		$g = g_1$	
	подготовленных кро- мок свариваемых дета- лей	сварного шва		Ном- ин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред · откл.	Ном- ин.	Пред откл.
С39			От 12 до 14	16	±2	11	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св.14 до 17	18	±3	12			+2,0 -0,5
			Св.17 до 20	20		13			
			Св.20 до 24	22		14			
			Св.24 до 28	25		16			
			Св.28 до 32	28		18			
			Св.32 до 36	30		20			
			Св.36 до 40	32		22			
			Св.40 до 44	35		24			
			Св.44 до 48	38		25			
			Св.48 до 52	41		26			
			Св.52 до 56	44		27			
			Св.56 до 60	47		28			
			Св.60 до 64	49	±4	29	±3		+3,0 -0,5
			Св.64 до 70	51		30			
			Св.70 до 76	53		31			
			Св.76 до 82	55		32			
			Св.82 до 88	57		33			
			Св.88 до 94	60		34			
			Св.94 до 100	63		35			
			Св.100 до 106	66		36			
			Св.106 до 112	69		38			
			Св.112 до 118	72		40			
			Св.118 до 120	75		42			

С. 42 ГОСТ 5264-80

Таблица 33

Размеры, мм

Условное обозна- чение сварного элемента	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1		$g = g_1$	
	подготовленных кро- мок свариваемых дета- лей	сварного шва		Ном- ин.	Пред. откл.	Ном- ин.	Пред. откл.	Ном- ин.	Пред. откл.
C40			От 12 до 14	20	±2	10	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св.14 до 17	22	±3	11			+2,0 -0,5
			Св.17 до 20	23		12			
			Св.20 до 24	24		13			
			Св.24 до 28	25		14			
			Св.28 до 32	26		15			
			Св.32 до 36	27		16			
			Св.36 до 40	28		18			
			Св.40 до 44	29		20			
			Св.44 до 48	30		21			
			Св.48 до 52	31		23			
			Св.52 до 56	32		25			
			Св.56 до 60	33		27			
			Св.60 до 64	34	±4	29	±3	+3,0 -0,5	
			Св.64 до 70	36		30			
			Св.70 до 76	38		31			
			Св.76 до 82	40		32			
			Св.82 до 88	42		34			
			Св.88 до 94	44		36			
			Св.94 до 100	47		38			
			Св.100 до 106	50		40			
			Св.106 до 112	52		42			
			Св.112 до 118	54		44			
			Св.118 до 120	56		46			

ГОСТ 5264-80 С. 43

Таблица 34

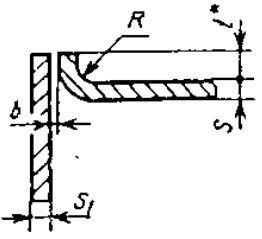

Размеры, мм								
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b		R	i	e , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Ном. ин.	Пред. откл.			
У1			От 1 до 2	0	+0,5	От s до $2s$	От s до $3s$	$2s$ +3
			Св.2 до 4		+1,0			

Таблица 35

Размеры, мм							
Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	R	e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Ном. ин.	Пред. откл.

У2			От 1 до 2	От s до 2 s	5	0	+1
			Св.2 до 6		7		+2
			Св.6 до 9		13		
			Св.9 до 12		17		

С. 44 ГОСТ 5264-80

Таблица 36



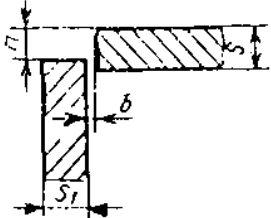

Размеры, мм							
Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	n	b		e, не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл	
У4			От 0,1 до 1,5	От 0 до 0,5 s	0	+0,5	6
			Св.1,5 до 3,0			+1,0	8
			Св.3,0 до 5,0			+2,0	10
			Св.5,0 до 6,0				12

Таблица 37

Размеры, мм						
Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	n	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.
У4			От 0,1 до 1,5	Св.0,5 до s	0	+0,5
			Св.1,5 до 3,0			+1,0
			Св.3,0 до 30,0			+2,0

ГОСТ 5264-80 С. 45

Таблица 38

Размеры, мм							
Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	n	b		e, не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	
У5			От 2 до 3	От 0 до 0,5 s	0	+1	8
			Св.3 до 5			+2	10

			Св.5 до 6				12
			Св.6 до 8				14

Таблица 39

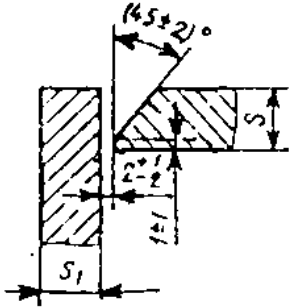

Размеры, мм

Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	n	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.
У5			От 2 до 3	Св. 0,5 до s	0	+1
			Св.3 до 30			+2

С. 46 ГОСТ 5264-80

Таблица 40

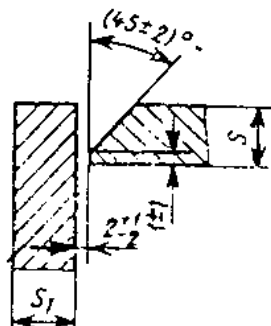

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. окл.	Но-мин.	Пред. откл.		
У6			От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5		
			Св.5 до 8	12					
			Св.8 до 11	16					
			Св.11 до 14	20					
			Св.14 до 17	24	±3		+2,0 -0,5		
			Св.17 до 20	28					
			Св.20 до 24	32					
			Св.24 до 28	35					
			Св.28 до 32	38					
			Св.32 до 36	41					
			Св.36 до 40	44					
			Св.40 до 44	49	±4				
			Св.44 до 48	53					
			Св.48 до 52	56					
			Св.52 до 56	60					
			Св.56 до 60	64					

ГОСТ 5264-80 С. 47

Таблица 41

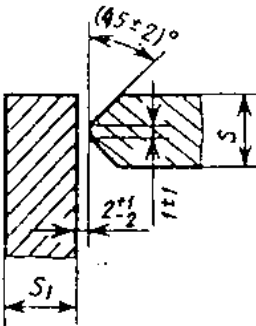
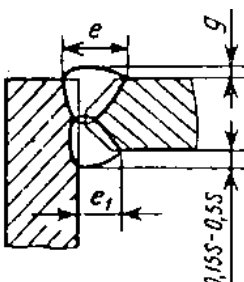
Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. окл.	Ном-ин.	Пред. откл.		
У7	 $s_1 \geq 0,5s$		От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5		
			Св.5 до 8	12					
			Св.8 до 11	16					
			Св.11 до 14	20	±3		+2,0 -0,5		
			Св.14 до 17	24					
			Св.17 до 20	28					
			Св.20 до 24	32					
			Св.24 до 28	35					
			Св.28 до 32	38					
			Св.32 до 36	41					
			Св.36 до 40	44	±4				
			Св.40 до 44	49					
			Св.44 до 48	53					
			Св.48 до 52	56					
			Св.52 до 56	60					
			Св.56 до 60	64					

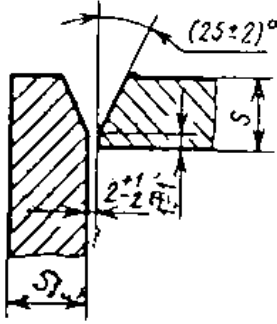

С. 48 ГОСТ 5264-80

Таблица 42

Размеры, мм

Условное обозна- чение сварного элемента	Конструктивные элементы		s	e		e ₁		g	
	подготовленных кро- мок свариваемых дета- лей	сварного шва		Но- мин.	Пред. откл.	Ном- ин.	Пред. откл.	Но- м- ин.	Пред. откл.
У8	 $s_1 \geq 0,5s$		От 8 до 11	10	±2	9	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св.11 до 14	12		11			
			Св.14 до 17	14	±3	12	±2		
			Св.17 до 20	16		14			
			Св.20 до 24	18		16			
			Св.24 до 28	20		18			
			Св.28 до 32	22		20			
			Св.32 до 36	24		22			
			Св.36 до 40	26		24			
			Св.40 до 44	28		26			
			Св.44 до 48	30		28			
			Св.48 до 52	32		30			
			Св.52 до 56	34		32			
			Св.56 до 60	36		34			
			Св.60 до 64	39	±4	37	±4		
			Св.64 до 70	42		40			
			Св.70 до 76	45		43			
			Св.76 до 82	48		46			
			Св.82 до 88	51		48			
			Св.88 до 94	54		52			
			Св.94 до 100	58		56	+3,0 -0,5		

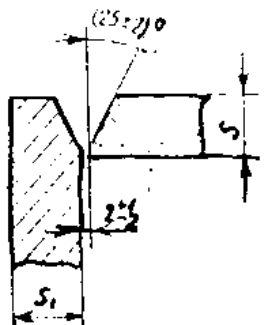

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Ном-мин.	Пред. откл.	Ном-ин.	Пред. откл.
У9	 $s_1 \geq 0,5s$		От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св.5 до 8	12			
			Св.8 до 11	16			
			Св.11 до 14	19			
			Св.14 до 17	22	±3		+2,0 -0,5
			Св.17 до 20	26			
			Св.20 до 24	30			
			Св.24 до 28	34			
			Св.28 до 32	38			
			Св.32 до 36	42			
			Св.36 до 40	47			
			Св.40 до 44	52	±4		
			Св.44 до 48	54			
			Св.48 до 52	56			
			Св.52 до 56	60			
			Св.56 до 60	65			

С. 50 ГОСТ 5264-80

Таблица 44

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
У10	 $s_1 \geq 0,5s$		От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5		
			Св.5 до 8	12					
			Св.8 до 11	16					
			Св.11 до 14	19					
			Св.14 до 17	22	±3		+2,0 -0,5		
			Св.17 до 20	26					
			Св.20 до 24	30					
			Св.24 до 28	34					
			Св.28 до 32	38					
			Св.32 до 36	42					
			Св.36 до 40	47					
			Св.40 до 44	52	±4				
			Св.44 до 48	54					
			Св.48 до 52	56					
			Св.52 до 56	60					
			Св.56 до 60	64					

ГОСТ 5264-80 С. 51

Таблица 45

Размеры, мм

Условное обозначение	Конструктивные элементы	s	b
----------------------	-------------------------	---	---

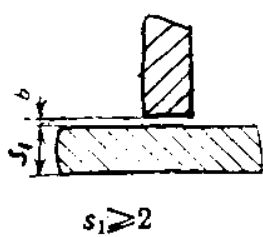

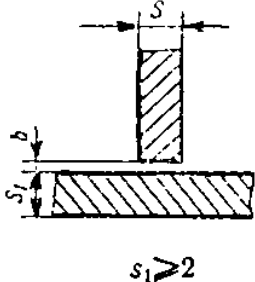

Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т1			От 2 до 3	0	+1
			Св.3 до 15		+2
			Св.15 до 40		+3

Таблица 46

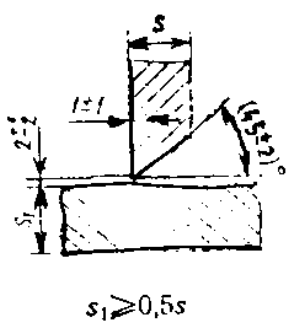
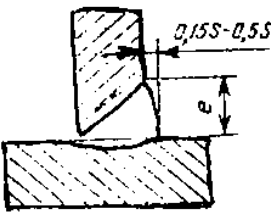
Размеры, мм

Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т3			От 2 до 3	0	+1
			Св.3 до 15		+2
			Св.15 до 40		+3

С. 52 ГОСТ 5264-80

Таблица 47

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т6			От 3 до 5	7	±2
			Св.5 до 8	10	
			Св.8 до 11	14	
			Св.11 до 14	18	
			Св.14 до 17	22	±3
			Св.17 до 20	26	
			Св.20 до 24	30	
			Св.24 до 28	33	
			Св.28 до 32	36	
			Св.32 до 36	40	
			Св.36 до 40	44	
			Св.40 до 44	47	±4
			Св.44 до 48	50	
			Св.48 до 52	54	
			Св.52 до 56	58	
			Св.56 до 60	62	

ГОСТ 5264-80 С. 53

Таблица 48

Размеры, мм

Условное обозна-	Конструктивные элементы	s	e
------------------	-------------------------	---	---

чение сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
T7			От 3 до 5	7	±2
			Св.5 до 8	10	
			Св.8 до 11	14	
			Св.11 до 14	18	
			Св.14 до 17	22	±3
			Св.17 до 20	26	
			Св.20 до 24	30	
			Св.24 до 28	33	
			Св.28 до 32	36	
			Св.32 до 36	40	
			Св.36 до 40	44	
			Св.40 до 44	47	±4
			Св.44 до 48	50	
			Св.48 до 52	54	
			Св.52 до 56	58	
			Св.56 до 60	62	

С. 54 ГОСТ 5264-80

Таблица 49

Размеры, мм						
Условное обозначение сварного элемента	Конструктивные элементы		s	R ± 1	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.
T2			От 15 до 17	8	14	±3
			Св.17 до 20		15	
			Св.20 до 24		16	
			Св.24 до 28		17	
			Св.28 до 32		18	
			Св.32 до 36		20	±4
			Св.36 до 40		22	
			Св.40 до 44		24	
			Св.44 до 48		25	
			Св.48 до 52		28	
			Св.52 до 56	10	30	±5
			Св.56 до 60		32	
			Св.60 до 64		34	
			Св.64 до 70		36	
			Св.70 до 76		38	
			Св.76 до 82		40	
			Св.82 до 88		42	
			Св.88 до 94		44	
			Св.94 до 100		46	

ГОСТ 5264-80 С. 55

Таблица 50

Размеры, мм					
Условное обозначение сварного элемента	Конструктивные элементы		s	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.

Т8			От 8 до 11	9	±2
			Св.11 до 14	11	
			Св.14 до 17	12	
			Св.17 до 20	14	±3
			Св.20 до 24	16	
			Св.24 до 28	18	
			Св.28 до 32	20	
			Св.32 до 36	22	
			Св.36 до 40	24	
			Св.40 до 44	26	
			Св.44 до 48	28	
			Св.48 до 52	30	
			Св.52 до 56	32	
			Св.56 до 60	34	
			Св.60 до 64	37	±4
			Св.64 до 70	40	
			Св.70 до 76	43	
			Св.76 до 82	46	
			Св.82 до 88	48	
			Св.88 до 94	52	
			Св.94 до 100	56	

С. 56 ГОСТ 5264-80

Таблица 51

Размеры, мм

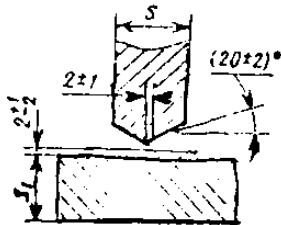

Условное обозначение сварного элемента	Конструктивные элементы		s	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т9			От 12 до 14	8	±2
			Св.14 до 17	10	±3
			Св.17 до 20	12	
			Св.20 до 24	14	
			Св.24 до 28	16	
			Св.28 до 32	17	
			Св.32 до 36	18	
			Св.36 до 40	19	
			Св.40 до 44	20	
			Св.44 до 48	21	
			Св.48 до 52	22	
			Св.52 до 56	24	±4
			Св.56 до 60	26	
			Св.60 до 64	28	
			Св.64 до 70	30	
			Св.70 до 76	32	
			Св.76 до 82	34	
			Св.82 до 88	36	
			Св.88 до 94	38	
			Св.94 до 100	40	

ГОСТ 5264-80 С. 57

Таблица 52

Размеры, мм

Условное обо-	Конструктивные элементы	s	R ±1	e
---------------	-------------------------	---	------	---

значение свар- ного элемента	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но- мин.	Пред. откл.
Т5			От 30 до 32	8	14	±3
			Св.32 до 36		15	
			Св.36 до 40		16	
			Св.40 до 44		17	
			Св.44 до 48		18	
			Св.48 до 52		19	
			Св.52 до 56		20	
			Св.56 до 60		21	
			Св.60 до 64	10	22	±4
			Св.64 до 70		23	
			Св.70 до 76		24	
			Св.76 до 82		25	
			Св.82 до 88		26	
			Св.88 до 94		27	
			Св.94 до 100		28	
			Св.100 до 106		30	
			Св.106 до 112		32	
			Св.112 до 118		34	
			Св.118 до 120		36	

С. 58 ГОСТ 5264-80

Таблица 53

Размеры, мм

Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	B	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред откл
Н1	 $s_1 \geq 2$		От 2 до 5	3-20	0	+1,0
			Св.5 до 10	8-40		+1,5
			Св.10 до 29	12-100		+2,0
			Св.29 до 60	30-240		

Таблица 54

Размеры, мм

Условное обозначение свариваемого соединения	Конструктивные элементы		s	B	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
Н2	 $s_1 \geq 2$		От 2 до 5	3-20	0	+1,0
			Св.5 до 10	8-40		+1,5
			Св.10 до 29	12-100		+2,0
			Св.29 до 60	30-240		

ГОСТ 5264-80 С. 59

4. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 55, должна проводиться так же, как деталей одинако-

вой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 55

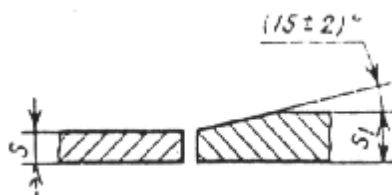
мм	
Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
От 1 до 4	1
Св. 4 до 20	2
Св. 20 до 30	3
Св. 30	4

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).



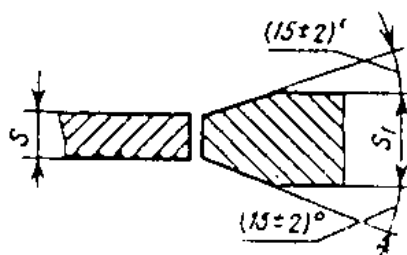
Черт. 1

При разности в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 55, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины тонкой детали s , как указано на черт. 2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

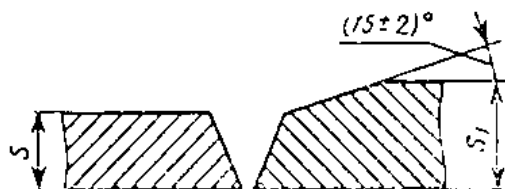


Черт. 2

С. 60 ГОСТ 5264-80



Черт. 3



Черт. 4

5. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга, не более:

- 0,5 мм - для деталей толщиной до 4 мм;
- 1,0 мм - для деталей толщиной 4 -10 мм;
- 0,1 s , но не более 3 мм - для деталей толщиной 10-100мм;
- 0,01 s + 2 мм, но не более 4 мм - для деталей толщиной более 100мм.

6. В стыковых, тавровых и угловых соединениях толщиной более 16 мм, выполняемых в монтажных условиях, допускается увеличение номинального значения b до 4 мм. При этом соответственно может быть увеличена ширина шва e, e_1 .

(Измененная редакция, Изм. №1).

7. При сварке в положениях, отличных от нижнего, допускается увеличение размера g и g_1 не более:

- 1,0 мм - для деталей толщиной до 60 мм;
- 2,0 мм - для деталей толщиной свыше 60 мм.

8. При выполнении двустороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны корень шва должен быть расчищен до чистого металла.

Для несимметричных соединений с двусторонним швом в случае строжки корня первого шва допускается увеличение размеров подварочного шва до размеров первого шва.

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва K, K_1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3.

ГОСТ 5264-80 С. 61

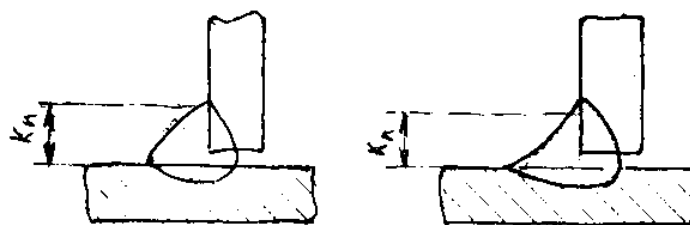
8,9. (Измененная редакция, Изм. №1).

10. (Исключен, Изм. № 1).

11. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1.

12. При применении электродов с более высоким временным сопротивлением разрыву, чем у основного металла, катет углового шва в расчетном соединении может быть уменьшен до значений, приведенных в приложении 2.

13. Допускается выпуклость и вогнутость углового шва до 30% его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета K_n (черт. 5), установленного при проектировании.



Черт. 5

Примечание. Катетом K_n является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет K_n принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве - меньший.

(Измененная редакция, Изм. №1).

14. Допускается применять установленные настоящим стандартом основные типы сварных соединений, конструктивные элементы и размеры сварных соединений при сварке в двуокиси углерода электродной проволокой диаметром 0,8-1,4 мм (УП).

15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30% номинального значения.

16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до $\pm 5^\circ$.

При этом соответственно может быть изменена ширина шва e, e_1 .

15, 16. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

С. 62 ГОСТ 5264-80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

мм

Предел текучести свариваемой стали, МПа	Минимальный катет углового шва для толщины более толстого из свариваемых элементов							
	От 3 до 4	Св.4 до 5	Св.5 до 10	Св.10 до 16	Св.16 до 22	Св.22 до 32	Св.32 до 40	Св.40 до 80
До 400	3	4	5	6	7	8	9	10
Св.400 до 450	4	5	6	7	8	9	10	12

Примечание. Минимальное значение катета не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента.

ГОСТ 5264-80 С. 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

мм

Катет углового шва для отношения временного сопротивления разрыву металла шва к временному сопротивлению разрыву основного металла				
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
4	4	4	3	3
5	5	4	4	4
6	6	5	5	4
7	7	6	6	5
8	7	7	6	6
9	8	8	7	7
10	9	9	8	7
11	10	9	9	8
12	11	10	9	9
13	12	11	10	9
14	13	12	11	10
15	14	13	12	11
16	15	14	13	12
17	16	14	13	12
18	17	15	14	13
19	17	16	15	14
20	18	17	16	14

С. 64 ГОСТ 5264-80

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

мм

Номинальный размер катета углового шва	Предельные отклонения размера катета углового шва от номинального значения
От 3 до 5 включ.	+1,0 -0,5
Св. 5 до 8 включ.	+2,0 -1,0
Св.8 до 12 включ.	+2,5 -1,5
Св. 12	+3,0

(Введено дополнительно, Изм. №1).

ГОСТ 5264-80 С. 65

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.80 № 3827
2. Срок проверки 1990 г. Периодичность проверки 5 лет
3. Взамен ГОСТ 5264-69
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 16037-80	1

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4-89)
6. Срок действия продлен до 01.07.96 (Постановлением Госстандарта СССР от 03.05.90 № 1079)