





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201201AC144

样品名称:	方。 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
Sample Name	
受检单位: Client	廊坊富尔达化工建材有限公司
检验类别:	抽样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Challer for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

20090030B4M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 20120IAC144

第1页 共4页

. P SM -3 (T	10.). 201201110111	ALL THE STATE	The state of the s
产品名称	复合酚醛板	检验类别	抽样检验
受检单位	廊坊富尔达化工建材有限公司	产品批号	
生产单位	廊坊富尔达化工建材有限公司	生产日期	2011 年 10 月
抽样地点	企业成品库房	商标标	
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	芯射(1200×600×50)mm
抽样日期	2012年01月28日	抽样数量	12 块
样品状态	复合(类芯)材料	抽样基数	50m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂	泉产品质量监	替检验测试中心
检验依据	GB/T 20974-2007《绝 GB 8624-1997《建	筑材料燃烧性	能分級方法》
检验项目	1. 体积密度 2. 尺寸允许(5. 压缩蠕变 6. 尺寸稳定性 均温度 25°C±2°C) 8. 透湿	(70°C±2°C, 7	d后) 7. 导热系数(升
检验结论	*经检验、抽检样品的体积密度、尺寸允许偏差、压缩强度、弯曲斯裂力、压缩蠕变、尺寸稳定性(70℃±2℃、7d 后)、导热系数(平均温度 25℃±2℃)、透湿系数、体积吸水率的检验结果符合标准 GB/T 20974-2007 中Ⅱ类 A 的技术指标要求;燃烧性能的检验效果符合标准 GB 8624-1997 中 A 级复合(夹芯)材料的技术指标要求。** 签发日期: 2012年 03月 09日 (检验测试章)		

备注:委托方要求使用 GB 8624-1997。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 20120IACI44

第2页 共4页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项 结论	
1		体积容度/(kg/m³)		≤ 60.	46	合格
			长皮	±7.5	-2~ -2	合格
	尺寸允许偏差	定度	±5	2++2	合格	
2		/mm	序度	±2	0 - +1	合格
			对角线差	<7	2	合格
3		压缩强度/kPa		> 100	180	合格
4	芯材	育曲斯製力N		> 10	16	合格
5		压缩蠕变/% (80℃±2℃,20kPa,荷载48h后)		43	2.2	合格
6		尺寸稳定性/% (70°C±2°C+7d后)		≤2	1.7	合格
7				≤0.035	0.035 (平均温 度 25.00°C)	合格
8	FIS.	透湿系数/[ng(Pasm)]		≤8.5	5.8	合格
9		体积吸水率(体积分数)/%		- 1 € 7.5	3.6	合格

备注:选湿系数试验方法为干燥剂法、试样厚度为 25mm,温度: 23℃,温度: 50%。



邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201201AC144

第3页共4页

序号	检验项目		检验项目 标准要求 检验结		果 单项结论	
燃烧 性能 {A級 复合		燃烧剩余长度 最小值/mm	>200	519	合格	
	AF16	燃烧剩余长度 平均值/mm	≥350	537	企格	
	平均和气温度/℃	<125	88	合格		
	烟密度等级	<15	4	令格		
	(失志)	抗化(MJ/kg)	€4.2	3.7	合格	
对析 2010年 20	材料)	热释放量/(MJ/m²)	€16.8	14.7	合格	
		烟气毒性浓度 /(mg/L)	≥25	27	合格	

(以下空白)

备注: (此处空台)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201201AC144

第4页共4页

样品名称	自己是自己的一种,但是是自己的一种,但是是自己的一种,但是是自己的一种,但是是自己的一种,但是是自己的一种,但是是自己的一种,但是是自己的一种,但是是自己的一种,
试件说明	试样为复合夹芯板,上下复合层为 5mm 水泥砂浆, 芯材是 50mm 厚酚醛泡沫板。整体制品面密度是 22.29kg/m²。

(样品照片)

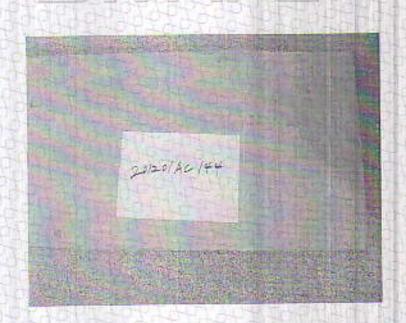

备注: (此处空台)

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑锋章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告徐改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若行异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供。中心不对真实性负责、委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web); http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com

