





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW361

## 

样品名称:	挤塑聚苯板		
Sample Name			
委托单位: Client	北京芳业达建材有限公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW361

第1页共3页

	10.). <u>=010001111001</u>		オーバスング		
样品名称	挤塑聚苯板	检验类别	委托检验		
委托单位	北京芳业达建材有限公司	商标			
生产单位	北京芳业达建材有限公司	等级	B <sub>I</sub> 级		
生产日期		样品编号	超级数据		
来样日期	2013年03月29日	规格型号	(1200×600×80) mm		
样品数量	8块 000000000000000000000000000000000000	样品状态	块状, 外观完好		
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》				
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度	3. 导热系数	4. 燃烧性能(B <sub>1</sub> 级		
检验结论	*经检验,送检样品的压GB/T 10801.2-2002 中 X250 的标准 GB8624-1997 中难燃材GB/T 10801.1-2002 规定的试验2页。*	技术指标要求;燃料 B <sub>1</sub> 级的技术方法进行检验,表	烧性能的检验结果符合 指标要求;依据标次 观密度的检验结果见到		

备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验

准:

编



地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 检验单位

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW361

第2页 共3页

序号	检验项目		标准要求 (X250)	检验结果	单项结论
12	表观密度,kg/m³		認知的	35	
2	压缩强度, kPa		≥ 250	260	合格
131	导热系数, W/(m·K)		≤0.030	0.028(平均温 度: 25.00℃)	合格
4 性能 (B	燃烧 - 性能 (B <sub>1</sub>	可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均 未达到刻度线, 且不允许有滴 落物引燃滤纸 的现象	点火开始后 20s 内,火焰尖端均 未达到刻度线, 且无滴落物引 燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值, mm	>0	324	合格
	级)	燃烧剩余长度 平均值, mm	> 150	347	合格
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤200	112	合格
		烟密度等级 (SDR)	€75	62	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201303AW361

第3页共3页

样品名称

挤塑聚苯板

(样品照片)

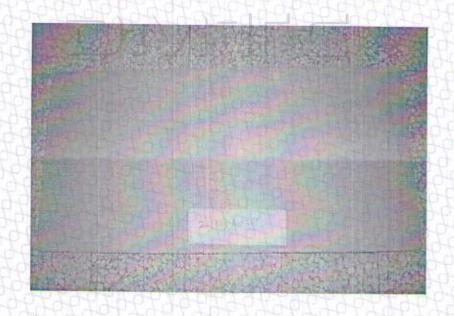

备注: (此处空白)