

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW257

件四有你:	工人口以任石堂价至权						
Sample Name							
委托单位:	河北普莱斯德绝热材料有限公司						
Client							
检验类别:	中土下的工作的委托检验。工工的工作的						

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW257 第1页共3页 样品名称 改性石墨挤塑板 检验类别 委托检验 委托单位 河北普莱斯德绝热材料有限公司 裔 标 生产单位 等 河北普莱斯德绝热材料有限公司 级 生产日期 2015年11月 样品编号 来样日期 2016年03月08日 规格型号 1200mm×600mm×50mm 样品数量 20 块 样品状态 块状, 外观完好 GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 检验依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 尺寸稳定性 4. 燃烧性能等级 检验项目 5. 表观密度 *经检验,送检样品的压缩强度、导热系数、尺寸稳定性的检验结果 符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X200 的技术指标要求; 燃烧性能等级的 检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B1 (C) 级难燃材料 (制品)的技术指标要求:依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进 检验结论 行检验, 表观密度的检验结果见第2页。* 签发日期: 2016年03月27日 (检验测试章)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW257

第2页 共3页

T. L. SH 5 (110.). 201003AW231					为一年4次17	第4次 六3次	
序号	检验项目			标准要求 (X200)	检验结果	单项 结论	
B	压缩强度,kPa			≥200	210	合格	
2	导热系数,W/(m·K)			≤0.030	0.026(平均温度 25.00°C)	合格	
3	尺寸稳定性, % (70°C±2°C下, 48h)			≤2.0	0.27	合格。	
	燃性等(B)	688468 COM 84688	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤250	214	合格	
			火焰橫向蔓延未到 达试样长翼边缘, m	<试样边缘	<试样边缘	符合	
			600s 的总放热量, MJ	€15	11:2	合格	
			60s 内焰尖高度,mm	≤150	114	合格	
			60s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合	
		氧指数值,%		≥30	32.9	合格	
5.0	表观密度,kg/m³				37.0		
B-LU V		END	TATE TO THE	ACT A COLUMN	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	THE PARTY OF	

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201603AW257

第3页共3页

样品名称

改性石墨挤塑板

(样品照片)

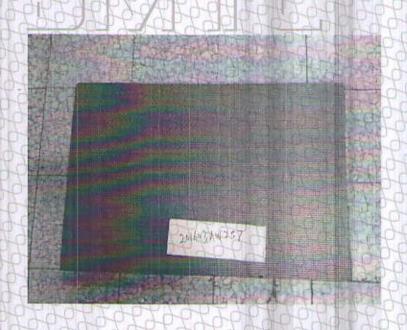

备注: (此处空白)