



REPORT TEST

中心编号(No.): 201304AW137

样品名称:

石墨聚苯乙烯泡沫板

Sample Name

委托单位: 北京普莱斯德新型保温建材有限公司

Client


检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AW137

第1页共3页

1 0 -10 2 (-	10.). 20100 11111101	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	AND THE PERSON NAMED IN				
样品名称	石墨聚苯乙烯泡沫板	检验类别	委托检验				
委托单位	北京普菜斯德新型保温建材有限公司	商标	路路器				
生产单位	北京普菜斯德新型保温建材有限公司	等级	B ₁ 级				
生产日期	2013年01月	样品编号 —					
来样日期	2013年04月08日	规格型号	11类 30000				
样品数量	8块	样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》						
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 吸水率 5. 燃烧性能(B ₁ 级)						
检验结论	*经检验,送检样品的表观密度、验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中级)的检验结果符合标准 GB8624-1997	Ⅱ类的技术指 中难燃材料 B 期: 2013 年	标要求;燃烧性能(B)级的技术指标要求。				

备注: 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。

批 准:

版第

审核:

于其的

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

. TEST REPORT

中心编号(No.), 201304AW137

第2页共3页

序	梅号(NO.): 201304AW137 检验项目			准 西	检验结果	单项
号	AT THE	迎坝日	标准要求		型型三大	结论
1	表观弦	密度,kg/m³	館	≥20.0	20.2	合格
2	压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K)			≥100	138	合格
3			II类	≤ 0.041	0.034(平均温度: 25.00℃)	合格
4	吸水率 (体积分数),%		€4	3.6	合格
10 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	燃烧性能 (B _I 級)	可燃性	内,火达到刻允许不	开始后 20s 焰尖端均未 度线,且不 前滴落物引 的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落 物引燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值, mm	>0		324	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	>150		358	合格
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤200		110	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤75		59	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT


石墨聚苯乙烯泡沫板

中心编号(No.): 201304AW137

样品名称

第3页共3页

(样品照片)

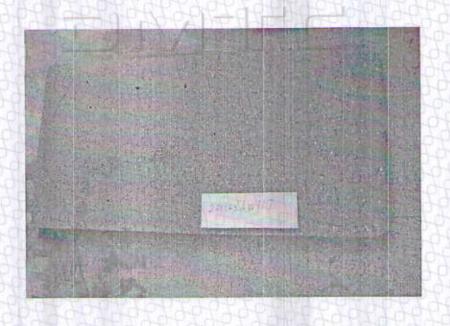

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com