





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC178

意识对时间包

样品名称: 聚苯乙烯泡沫塑料板

Sample Name

受检单位: 北京兴隆达保温建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC178

第1页共3页

		A. A. C.				
产品名称	聚苯乙烯泡沫塑料板	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京兴隆达保温建筑材料有限公司	产品批号	715-413			
生产单位	北京兴隆达保温建筑材料有限公司	生产日期	2012年12月			
抽样地点	企业成品库房	商标。				
抽样人	陈嘉宇、苏克	规格型号	日美			
抽样日期	2013年02月28日	抽样数量	8块板			
样品状态	极状,外观完好	抽样基数	20 m ³			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分級方法》					
检验项目	 表观密度 2. 压缩程度 3. 导热系数 4. 尺寸穩定性 5. 水 蒸气透过系数 6. 吸水率 7. 熔结性 8.燃烧性能(B₁级) 					
		R. White San Lite	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			

备注:委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。

批

准: 1000





检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC178

第2页共3页

序号	57.10	验项目	标准要求		准要求检验结果	
1.	表观	密度,kg/m³		≥20.0	20.1	合格
2	压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K) 尺寸稳定性,% 水蒸气透过系数, ng/ (Pa·m·s)			>100	138	合格
3				<0,041	0.040(平均温度; 25.00℃)	合格
4			11	 ⟨3	0.5	合格
5			类	≤4.5	2.5	合格
6	吸水率	(体积分数),%		<4	3.6	合格
7	煤蜡性	断裂弯曲负荷,N		->25	26	合格
		弯曲变形, mm		≥20	21	合格
8	燃烧性能 (B ₁ 级)	可燃性	内,火达到3	开始后 20s 焰尖端均未 射度线,且不 有滴落物引 低的现象	点火开始后 20s 内。 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落 物引燃滤纸的现象	合格
		燃烧剩余长度 最小值,mm	>0		324	合格
		燃烧剩余长度 平均值,mm	>150		345	合格
		平均烟气 温度峰值。℃	≤200		114	合格
		烟密度等级 (SDR)		<75	58	合格

备注:水蒸气透过系数试验方法为干燥剂法,试样厚度为 25mm,

温度: 23℃,湿度: 50%。



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT


聚苯乙烯泡沫塑料板

中心编号(No.): 201302AC178

样品名称

第3页 共3页

(科品照片)

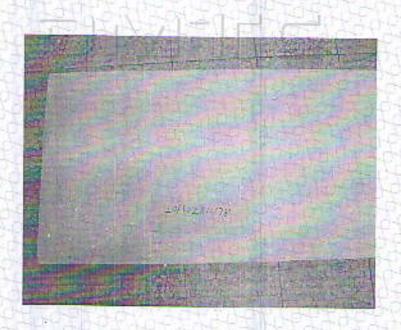

备注:(此处空台)

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑维章无效。
 This test report is invalid without the scal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起上五日内向本中心提出,逾期忽不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

图址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

