



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC160

样品名称:

挤塑板

Sample Name

受检单位: 北京德润佳业新型建材有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC160 第1页共3页 产品名称 排塑板 检验类别 抽样检验 受检单位 北京德润佳业新型建材有限公司 牛产日期 生产单位 北京德润佳业新型建材有限公司 规格型号 抽样地点 企业成品库房 标 商 王明轩 陈嘉宇 抽样人 等 级 BI级 2016年01月11日 抽样日期 抽样数量 .20 块 块状, 外观完好 样品状态 30m3 抽样基数 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 GB/T 10801.2-2002 《絶热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 检验依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 检验项目 1. 压缩强度 2. 异热系数 3. 燃烧性能等级 4. 表观密度 *经检验, 抽检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X200 的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符 今标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B (C) 级难燃材料 (制品) 的技 木指标要求:依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验,表 观密度的检验结果见第2页。* 检验结论 签发日期: 2016年 02月 22日 (检验测试量)

备注: (此处室台)

軍核: 张邓 批

制:公本本



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC160

第2页共3页

序号		检验项目			要求	检验结果	单项结论
114	压缩强度,kPa			X200	≥200	220	合格
2	导热系数, W/(m·K)				€0.030	0.029(平均温 度: 25.00°C)	合格
366000000000000000000000000000000000000	燃性等(级)	100 W 100	燃烧增长速率指数, (W/s)	€250		228	合格
			火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	< < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ < ○ ○		<试样边缘	符合
			600s 的总放热量, MJ	€15		12.4	合格
			60s 内焰尖高度, mm	€150		126	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 - 现象		无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值,%		≥30		30.8	合格
4	4 表观密度,kg/m³					32.0	

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201601AC160

第3页共3页

样品名称

挤塑板

(样品照片)

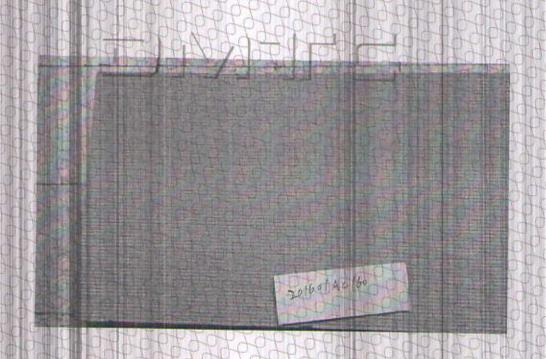

备注:(此处空台)

