

1_ GENERALIDADES

1.4: DIRETIVAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A CORROSÃO EM COMPLEMENTO DAS DIRETIVAS PRINCIPAIS

1.4.1: PRINCÍPIOS A RESPEITAR:

A Renault oferece-lhe uma garantia anticorrosão de 12 anos para o Kangoo e Trafic e 6 anos para o Master que cobre os casos de perfuração de origem interior, devido a defeito de fabrico, de material ou de aplicação de produtos de proteção. Esta garantia aplica-se também aos veículos especiais submetidos a uma acordo técnico entre a Renault e o transformador de carroçaria.

Com efeito, quando são acrescentadas novas peças ou efetuada qualquer modificação da chaparia (perfuração, soldadura, corte, ...) um ou vários elementos da gama de proteção existente são danificados; é por isso que o transformador tem obrigação de reconstituir uma gama de proteção garantindo uma qualidade similar ao veículo de base, ou seja, uma gama de proteção eficaz contra a corrosão.

1.4.2: MODIFICAÇÃO DE UMA PEÇA (PERFURAÇÃO, FUROS, ETC.) :

Descrição da gama de proteção anticorrosão a aplicar em caso de perfuração, corte, furo:

Gama de proteção	Observação
Aspiração das partículas metálicas resultantes da modificação	
Eliminação das rebarbas do bordo da chapa exposta	
Desengorduramento do bordo da chapa exposta	diluyente de tipo "heptano"
Aplicação de um primário fosfatante no bordo de chapa exposto	Produto de Pós-venda Renault: PREMIA Spray C4, referência 7711574254 ou PREMIA Spray C2, referência 7711579362
Se o furo criado terminar num corpo oco exterior do habitáculo ou no interior do habitáculo a estanquidade deve ser assegurada	Produto de Pós-venda Renault: 7711 172 676 (preto) / 7711 172 677 (branco)
Laca da tonalidade da carroçaria do bordo da chapa exposta	se a zona circundante estiver pintada

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 22/02/2023 - índice - C

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

1.4.3: ACRÉSCIMO DE UMA PEÇA:

1.4.3.1: Tipo de material

O tipo da chapa aplicada pode ser aço ou alumínio:

- Caso de peça aplicada em aço:

O aço será necessariamente aço pré-protegido de dupla face com uma espessura de zinco de 10 µm + uma cataforese (a cataforese não resiste aos ultravioletas para as peças exteriores).


- Caso de peça aplicada em alumínio:

Qualquer que seja a variedade de alumínio, o contacto direto entre o alumínio e o aço (nu ou pré-protegido) é proibido. É necessário ter uma camada de isolamento na interface de tipo orgânico para evitar o fenómeno de acoplamento galvânico entres os dois materiais. Geralmente, o revestimento orgânico é aplicado no aço.

No exterior do veículo ou ao nível do piso no espaço de carga, para evitar a penetração e a retenção de poluentes na zona de contactos, convém além disso isolar a junção do meio ambiente através da aplicação de um mástique de estanquidade de pintura recobrimdo a junção na totalidade da periferia da ligação.

Devem ser proibidas as zonas de delimitação no caso de utilização de peça em alumínio.

1.4.3.2: Proteção da peça

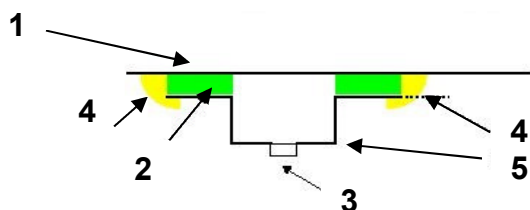

1: PEÇA VEÍCULO DE BASE

2: CERA

3: OBTURADOR E EVACUAÇÃO EM PONTO BAIXO

4: MÁSTIQUE DE ESTANQUIDADE PINTURA

5: PEÇA COLOCADA

Gama de proteção	Observação
Desengorduramento	diluyente de tipo "heptano"
Mástique de estanquidade de pintura em todas as ligações exteriores	Produto de Pós-venda Renault: 7711 172 676 preto 7711 172 677 branco
Mástique anti-gravilha em caixa nua unicamente se a zona circundante estiver protegida com um mástique anti-gravilha	Produto de Pós-venda Renault: 7711 172 679
Laca da tonalidade da carroçaria	unicamente se a zona circundante estiver pintada
Se a peça acrescentada estiver situada ao nível da zona da soleira, obturar a soleira mantendo um ponto baixo de evacuação	


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 22/02/2023 - índice - C

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**

1.4.3.3: Modo de montagem

Proteção de soldadura (fio SEFG)

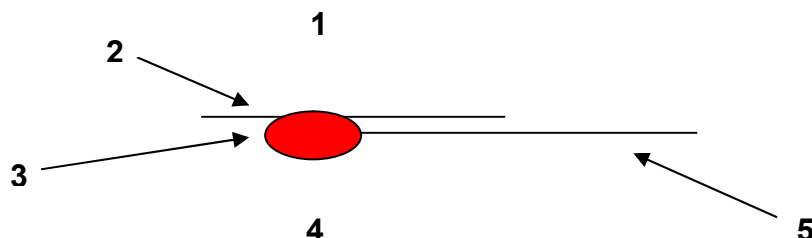

1: LADO OPOSTO À SOLDADURA

4: LADO SOLDADO

2: PEÇA VEÍCULO DE BASE

5: PEÇA COLOCADA

3: FIO DE SOLDADURA

Gama de proteção	Observação
Realização do fio SEFG	
Eliminação dos resíduos de soldadura com uma escova	
Aplicação de primário de fosfatante	Produto de Pós-venda Renault: PREMIA Spray C4, referência 7711574254 ou PREMIA Spray C2, referência 7711579362
Aplicação de uma proteção complementar na soldadura e no lado oposto à soldadura - ou mástique de estanquidade de pintura - ou mástique de estanquidade anti-gravilha - ou cera de corpos ocios	Produto de Pós-venda Renault: 7711 172 676 (preto) / 7711 172 677 (branco) 7711 172 679 7711 172 672
Reconstituição da gama pintura segundo a definição técnica de série	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 22/02/2023 - índice - C

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C



1.4.3.4: Proteção da zona de parafusos ou rebites

Gama de proteção	Observação
Escolha da fixação do guia Recomendação Renault	
Colocação da fixação	
Eliminação das partículas metálicas resultantes da modificação	
Aplicação de um mástique de estanquidade de pintura nos 2 lados dos rebites	Produto de Pós-venda Renault: 7711 172 676 (preto) / 7711 172 677 (branco)

Requisito complementar em função do tipo das chapas em contacto:

No caso de uma montagem aço/aço, a vedação anticorrosão dos parafusos e rebites em aço deve respeitar os seguintes requisitos:

- “resistência 600h BS (Nevoeiro Salino)” se os parafusos/rebites estiverem no exterior do habitáculo.
- “resistência 96h BS (Nevoeiro Salino)” se os parafusos/rebites estiverem no interior do habitáculo.

Ensaio Nevoeiro Salino a realizar segundo o método de ensaio D17 1058.

Caso de uma montagem aço/alumínio:

- Os parafusos e rebites deverão ter um revestimento de ZnNi 12-15% ou Zinco lamelar (tipo Geomet).

Nota: Qualquer peça acrescentada não pode nunca deteriorar a gama de pintura da carroçaria devido ao seu movimento relativo.

Todos os produtos desta diretiva específica relativa a corrosão, citados em referência Pós-venda Renault são da marca **Ixell**.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 22/02/2023 - índice - C

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**