



Cliente: NAPCO CONSUMER PRODUCTS CO. M40014100HE

Encomenda <u>EEF-E012104/00119</u>

PRF-E0121/00119

Código	EEEEFTACPAAR000103
Artigo	Nonwoven Elastic Bands ELA- ACE 100 HE L150 D950 6"
m ² encomendados	125 000
Largura (mm)	150 mm
OD	>900
Core	6"
Nº paletes	C01 - 24 paletes Stock: 8 paletes Produzir: 16 paletes
Data de finalização da encomenda	18/05/2021 às 15h30
Emendas	2/rolo (máximo 10% -2 paletes/contentor)

Requisitos Dat	a: 12/05/2021
----------------	---------------

	Cortes
	Parcializadores
Sandler 2,2m	NW cima
Sandler 2,2m	NW baixo
970*970	Tipo de paletes
1x15	Bobines/palete (b*a)
anti-horário	Sentido enrolamento
sim	Folha de identificação palete
4/bobinagem	Frequência amostragem

Limites estabelecidos

Descentrado	0 - 3 mm
Cónico	0 - 6 mm
Diâmetros aceitáveis	>900
Diâmetro DM12	>900

<u>Características Técnicas - Nosso método</u> (à saída de produção)

The state of the s		
	Inferior	Superior
Basis weight (gsm)	89,50	110,50
Tensile at peak CD (N/25mm)	16,00	22,00
Elongation at break CD (%)	280,00	420,00
Elongation at 9.81N CD (%)	180,00	240,00
Load at 5% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	0,00	2,00
Load at 10% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	0,50	2,50
Load at 20% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	1,00	3,70
Load at 50% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	2,00	6,50
Permanent set 2 nd cycle (%)	0,00	22,00
Load at 100% elongation 2 nd cycle (N/50 mm)	4,00	7,00
Permanent set 3 rd cycle (%)	0,00	22,00
Load at 100% elongation 3 rd cycle (N/50 mm)	4,00	7,00
Lamination strenght (CD) (N/25 mm)	1,50	6,00


Ficha de processo: O4.FP08 ELA-ACE 100 HE

CoA de aprovação: 100/2020

Esquema de Paletização:

Contentor	40 HC
Nº Paletes/Contentor	24
Altura Máx. Palete	2,55 M

não	Paletes Sobrepostas
não	Cintas

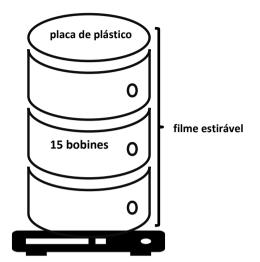

1 placa cartão palete 970*970

	2 etiqueta identificativa por bobine
Etiquetas:	4 etiquetas identificativas dos lotes da palete
	1 etiqueta final da palete

Elaborado por: Elsa Rodrigues / Diogo Esteves Aprovado por: Fernando Freitas
Data: 28/09/2020 Data: 28/09/2020