



Cliente: DRYLOCK SRO (REP. CHECA) Cód. Cliente RC030025

<u>Encomenda</u> <u>EEF-E012012/00270</u> PRF-E0120/00270

Código	EEEEFTACPAAR000172
Artigo	Nonwoven Elastic Bands ELA-ACE
Aitigo	100 HE(L) L75 D1100 6"
m ² encomendados	140 400
Largura (mm)	75 mm
OD	>900
Core	6 "
	C01 - 26 paletes
Nº paletes	Stock – 1 paletes
	Produzir – 25 paletes
Data de finalização da	03/03/2021 0h30
encomenda	03/03/2021 01130
	2/rolo (máximo 10% - 5
Emendas	paletes/contentor)
	Emenda fita preta

Requisitos Data: 26-02-2021

	Cortes
	Parcializadores
Sandler 2,2m	NW cima
Teksis 2,2m	NW baixo
970*970	Tipo de paletes
1x15	Bobines/palete (b*a)
anti-horário	Sentido enrolamento
sim	Folha de identificação palete
4/bobinagem	Frequência amostragem

<u>Limites estabelecidos</u>

Descentrado	0 - 3 mm
Cónico	0 - 6 mm
Diâmetros aceitáveis	>900
Diâmetro DM12	>900

<u>Características Técnicas - Nosso Método</u> <u>(à saída de produção) - Para</u> <u>aprovação/Rejeição</u>

	Inferior	Superior
Basis weight (gsm)	89,5	110,5
Tensile at peak CD (N/25mm)	17,6	26,4
Elongation at break CD (%)	272,0	408,0
Elongation at 9.81N CD (%)	152,0	228,0
Load at 5% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	0,0	2,0
Load at 10% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	0,5	2,5
Load at 20% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	1,0	3,7
Load at 50% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	2,0	6,5
Permanent set 2 nd cycle (%)	0,0	22,0
Load at 100% elongation 2 nd cycle (N/50 mm)	4,0	1,5
Permanent set 3 rd cycle (%)	0,0	22,0
Load at 100% elongation 3 rd cycle (N/50 mm)	4,0	7,0
Lamination strenght (CD) (N/25 mm)	1,5	6,0

Características Técnicas - Método Drylock (à saída de produção)- Resultados não contam para aprovação/Rejeição, apenas servem para base de dados

		Inferior	Superior
Tensile at peak CD	N	40,0	100,0
Elongation at break CD	%	160,0	205,0
Elongation at 9,8N CD	%	40,0	55,0


Ficha de processo: O4.FP08 ELA-ACE 100 HE

CoA de aprovação: 89,5

Esquema de Paletização:

Contentor	CAMIÃO
Nº Paletes/Contentor	52
Altura Máx. Palete	2,55 M

Paletes Sobrepostas	sim
Cintas	2 Cintas por palete

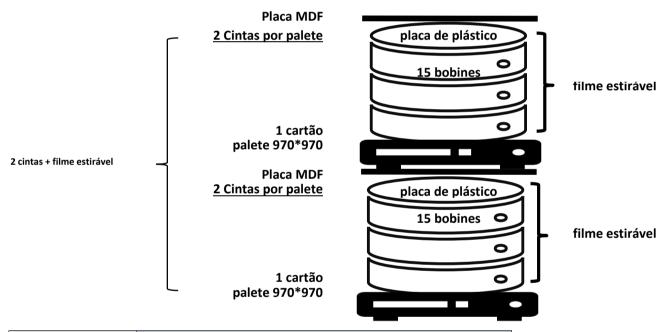

	2 etiqueta identificativa por bobine
Etiquetas:	4 etiquetas identificativas dos lotes da palete
	1 etiqueta final da palete

Elaborado por: Elsa Rodrigues / Diogo Esteves Aprovado por: Fernando Freitas

Data: 28/09/2020 Data: 28/09/2020