



Cliente: DRYLOCK SRO (REP. CHECA) Cód. Cliente RC030025

Encomenda <u>EEF-E012101/00012</u> PRF-E0121/000012

-		
EEEEFTACPAAR000172	Código	
Nonwoven Elastic Bands ELA-ACE	Autica	
100 HE(L) L75 D1100 6"	Artigo	
140 400	m ² encomendados	
75 mm	Largura (mm)	
>900	OD	
6 ''	Core	
C01 - 52 paletes		
Stock – 17 paletes	Nº paletes	
Produzir – 35 paletes		
04/05/2021 11h	Data de finalização da	
04/03/2021 1111	encomenda	
2/rolo (máximo 10% - 5		
paletes/contentor)	Emendas	
Emenda fita pre		

Requisitos Data: 30-04-2021

	Cortes
	Parcializadores
Sandler 2,2m	NW cima
Teksis 2,2m	NW baixo
970*970	Tipo de paletes
1x15	Bobines/palete (b*a)
anti-horário	Sentido enrolamento
sim	Folha de identificação palete
4/bobinagem	Frequência amostragem

<u>Limites estabelecidos</u>

Descentrado	0 - 3 mm
Cónico	0 - 6 mm
Diâmetros aceitáveis	>900
Diâmetro DM12	>900

<u>Características Técnicas - Nosso Método</u> <u>(à saída de produção) - Para</u> <u>aprovação/Rejeição</u>

	Inferior	Superior
Basis weight (gsm)	89,5	110,5
Tensile at peak CD (N/25mm)	17,6	26,4
Elongation at break CD (%)	272,0	408,0
Elongation at 9.81N CD (%)	152,0	228,0
Load at 5% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	0,0	2,0
Load at 10% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	0,5	2,5
Load at 20% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	1,0	3,7
Load at 50% elongation 1 st cycle CD (N/50 mm)	2,0	6,5
Permanent set 2 nd cycle (%)	0,0	22,0
Load at 100% elongation 2 nd cycle (N/50 mm)	4,0	1,5
Permanent set 3 rd cycle (%)	0,0	22,0
Load at 100% elongation 3 rd cycle (N/50 mm)	4,0	7,0
Lamination strenght (CD) (N/25 mm)	1,5	6,0

Características Técnicas - Método Drylock (à saída de produção)- Resultados não contam para aprovação/Rejeição, apenas servem para base de dados

		Inferior	Superior
Tensile at peak CD	N	40,0	100,0
Elongation at break CD	%	160,0	205,0
Elongation at 9,8N CD	%	40,0	55,0


Ficha de processo: O4.FP08 ELA-ACE 100 HE

CoA de aprovação: 89,5

Esquema de Paletização:

Contentor	CAMIÃO
Nº Paletes/Contentor	52
Altura Máx. Palete	2,55 M

Paletes Sobrepostas	sim
Cintas	2 Cintas por palete

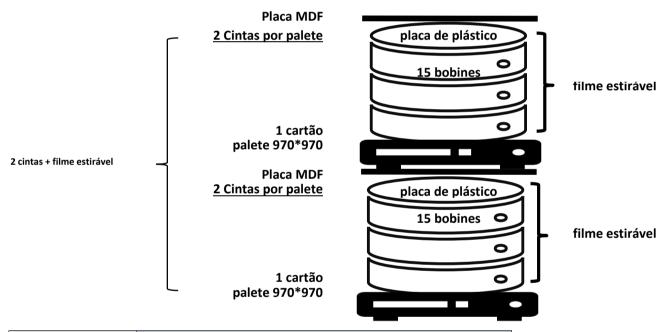

	2 etiqueta identificativa por bobine
Etiquetas:	4 etiquetas identificativas dos lotes da palete
	1 etiqueta final da palete

Elaborado por: Elsa Rodrigues / Diogo Esteves Aprovado por: Fernando Freitas

Data: 28/09/2020 Data: 28/09/2020