

DESCRIÇÃO

- Tijolos maciços de argila, de massa homogênea, isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos requisitos descritos na NBR7170. Resistência mínima à compressão 1,5 MPa.
- Dimensões nominais: 190x90x57mm.
- Tolerâncias dimensionais: ± 3 mm para as três dimensões.
- Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento/m³ de argamassa.
- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.

APLICAÇÃO

- Alvenarias de embasamento, paredes externas, internas, muros de divisa e outros elementos, conforme indicado em projeto.

EXECUÇÃO

- Os tijolos devem ser molhados previamente.
- Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em amarração) ou a prumo, se especificado em projeto.
- A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm.
- Prever amarração na estrutura de concreto.
- Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias ou concreto.
- Na última fiada de tijolos das alvenarias de embasamento, e no capeamento horizontal e vertical, utilizar argamassa com impermeabilizante, conforme Ficha S10.01. Aplicar sobre estas áreas pintura betuminosa, conforme Ficha S10.09.

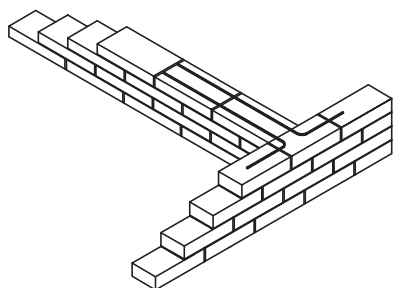


Figura - Amarração em "T"

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha S10.01 Argamassa rígida e aditivo impermeabilizante
- Ficha S10.09 Pintura betuminosa

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Deverá ser feita inspeção visual, verificando a inexistência de fissuras, trincas, deformações, coloração interior ou superfícies irregulares. Caso estas ocorrências atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá ser rejeitado.

- Se necessário, efetuar ensaios de dimensões reais, de acordo com NBR7170, observando critérios para coleta de amostras e tolerâncias dimensionais conforme o estabelecido na norma.
- A critério da fiscalização, poderá ser exigida documentação que comprove a resistência do material conforme o ensaio de resistência à compressão, descrito na NBR6460.
- As alvenarias deverão ser recebidas, somente se os desvios de prumo e de locação forem inferiores a 10mm. Colocada a régua de 2m em qualquer direção sobre a superfície, não deverão haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos intermediários da régua e 20mm nas extremidades.

SERVIÇOS

02.06	EMBASAMENTO
02.06.002	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO DE BARRO MACIÇO - E= 1/2 TIJOLO
02.06.003	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO DE BARRO MACIÇO - E= 1 TIJOLO
04.01	ALVENARIA
04.01.001	ALVENARIA DE TIJOLO BARRO MACIÇO - E= 1/4 TIJOLO
04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO BARRO MACIÇO - E= 1/2 TIJOLO
04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO BARRO MACIÇO - E= 1 TIJOLO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 02.06.002 02.06.003 04.01.001 04.01.002 04.01.003
- Fornecimento dos materiais e execução da alvenaria.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 02.06.002 02.06.003
- m² - pela área de alvenaria de embasamento executada.
- 04.01.001 04.01.002 04.01.003
- m² - pela área real de alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer vão.

NORMAS

- NBR 6460:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência à compressão.
- NBR 7170:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria.
- NBR 8041:1983 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Forma e dimensões - Padronização.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas
Vedos

S7.10

Alvenaria de tijolo de barro comum

Revisão 3
Data 22/01/13

Página
1/1



Atenção
Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário