열처리 수주서

261007001

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	(주)성광연마		
품 명	PLANET GEAR 신규개발		
품 번	F00S 930 170(침탄) 신규개발		
규 격			
입고LOT/타각No			
열처리종류	침탄	재질	SCM415



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
170		3	0.015			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 660~740	유효경화 HV 550기준 0.2~0.4	0	null ~	null ~	합격	

성적서	시편	포장방법	방청유	비	신규개발 (26.10.07) 변경사항 >	선입1	영업담당
			유용성	고			이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007002

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	(주)성광연마		
품 명	FIXATION FIXIERUNG (소P2) 신규개발		
품 번	F00S 930 170(QT) 신규개발		
규 격	소		
입고LOT/타각No			
열처리종류	QT	재질	SCM440



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
185		4	0.020			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 53~57	유효경화 HV 유효경화기준	0	null ~	null ~	합격	

성적서	시편	포장방법	방청유	비	내측홈 6MM>8MM 변경	선입1	영업담당
			유용성	고			이용희

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007003

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-21,22
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007004

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-15,16
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007005

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	CAMRING-SINTER "H"
품 번	859522 CVT19 "H"
규 격	
입고LOT/타각No	2609061-19,20
열처리종류	QT
재질	SMF5030



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		395	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~800	유효경화 HV 513기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유 수용성	비고	※표면경도 HRA 62이상※	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007006

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-A/TRNS FLUID PUMP(X51R)
품 번	OP6-13E001
규 격	
입고LOT/타각No	2609066-8
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,000		393	0.131			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고	25.06.04 쇼트 진행 템퍼링 190도	선입1	영업담당 최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007007

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	SLIDE O/PMP		
품 번	OP1-18K007(GEN6)		
규 격	Φ82		
입고LOT/타각No			
열처리종류	QT	재질	FN-0208



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
180		61	0.340			자동차

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRC 30~45	유효경화 HV 기준 500~700	0	null ~	null ~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품		필요없음	고			최균홍


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007008

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	CAMRING(MATELRIAL) _ JM10		
품 번	2E571 18250		
규 격			
입고LOT/타각No	2610011-1		
열처리종류	QT	재질	SMF5030

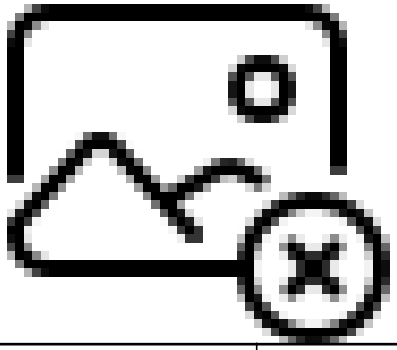

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
4,500		356	0.079			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HV 600~850	유효경화 HV 513기준 0.5		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비		선입1	영업담당
필요	본품		수용성	고			최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007009

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)		
품 번	859523-CVT19		
규 격			
입고LOT/타각No	2609043-9		
열처리종류	QT	재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서	시편	포장방법	방청유	비		영업담당
필요	본품			고	선입1	최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007010

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)		
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)		
품 번	859523-CVT19		
규 격			
입고LOT/타각No	2609043-10		
열처리종류	QT	재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
5,000		360	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서	시편	포장방법	방청유	비		영업담당
필요	본품			고	선입1	최균홍

TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007011

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	삼성분말야금(주)
품 명	ROTOR-SINTER (TMED2)
품 번	859523-CVT19
규 격	
입고LOT/타각No	2609043-11
열처리종류	QT
재질	소결합금



수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
3,070		221	0.072			기타

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 62~80	유효경화 HV 550기준 0.5	0	null ~	null ~	합격	쇼트SHOT-A

성적서 필요	시편 본품	포장방법	방청유	비고	선입1	영업담당 최균홍


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007012

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	상진정밀주식회사
품 명	SHAFT-ROTOR [식별홈] CN7
품 번	M36516-2BDF1
규 격	
입고LOT/타각No	VJF
열처리종류	침탄
재질	SCR420HB

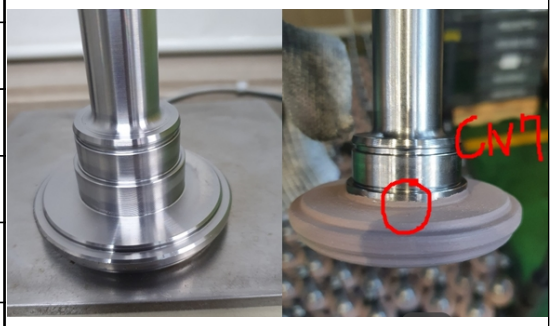

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
700		385	0.550			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.5~0.8	0	~	~	합격	쇼트SHOT-T

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	내부 방지제 유 입시 불량 흔들림 0.1mm	선입1	영업담당 김성우


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007013

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	상진정밀주식회사		
품 명	SHAFT-ROTOR [식별홈] CN7		
품 번	M36516-2BDF1		
규 격			
입고LOT/타각No	VJF		
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB

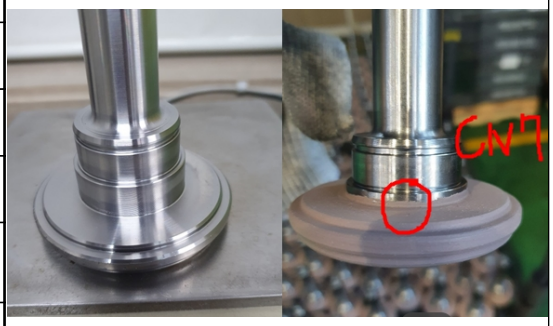

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
700		385	0.550			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.5~0.8	0	~	~	합격	쇼트SHOT-T

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	내부 방지제 유 입시 불량 흔들림 0.1mm	선입1	영업담당
							김성우


TKP-812-03(REV. 1)

열처리 수주서

261007014

수주일자	2026-10-07
납기일자	2026-10-17

업 체	상진정밀주식회사		
품 명	SHAFT-ROTOR [식별홈] CN7		
품 번	M36516-2BDF1		
규 격			
입고LOT/타각No	VJC		
열처리종류	침탄	재질	SCR420HB

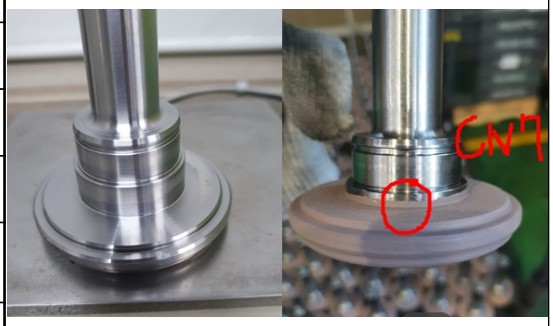

수량(EA)	잔량	총중량(KG)	단중(KG/EA)	가공여부	방탄여부	업종분류
700		385	0.550			

표면경도	경 화 깊 이	연마여유(mm)	심부경도	화합물층	수입검사	후처리
HRA 80~	유효경화 HV 550기준 0.5~0.8	0	~	~	합격	쇼트SHOT-T

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	내부 방지제 유 입시 불량 흔들림 0.1mm	선입1	영업담당
							김성우

TKP-812-03(REV. 1)