


检 测 报 告 （电子版）



M26003291




防伪码：GZ52357402


第1页共6页


客户 提供 信息	委托方	福建南平市依尔婴服饰有限公司		
	样品	索罗纳面料	商标	---
	货/款/样号	2#藏蓝（2025121992）		
	规格号型	---	安全类别/ 等级	B类
	生产单位	---		
样品描述		藏蓝针织布1块，状态正常		
样品接收/ 试验日期		2026-05-20/2026-05-25~2026-05-28	检验类别	委托检验（送样）
判定依据		GB/T31888-2015 中小学生校服 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范		
检验结论		--- 报告签发日期:2026年5月28日		
检验结果	检测项目		单项结论或评价	
	纤维含量		符合	
	耐干摩擦色牢度		符合	
	耐湿摩擦色牢度		符合	
	耐皂洗色牢度		符合	
	耐水色牢度		符合	
	耐汗渍色牢度		符合	
	异味		符合	
	耐光色牢度		符合	

检测地点：晋江市三创园研发中心21号楼

审批：
黄硕 高级工程师


范娟 工程师

编制：

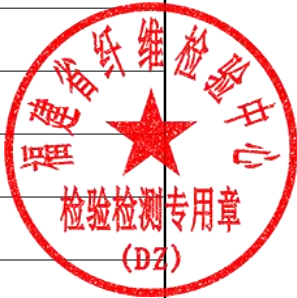

检测报告续页

M26003291

第2页共6页

检测项目	单项结论或评价
耐耐光、汗复合色牢度	符合
pH值	符合
甲醛含量	符合
可分解致癌芳香胺染料	符合
起球	符合
克重	符合
顶破强力（针织类）/胀破强力（毛针织类）	符合
断裂强力	符合
接缝滑移	符合
水洗尺寸变化率	符合
外观质量	符合
洗后扭曲率	符合
洗后外观质量	符合
备注：---	



检测报告续页

M26003291

第3页共6页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
纤维含量, %	FZ/T01057. 1-2007 FZ/T01057. 2-2007 FZ/T01057. 3-2007 FZ/T01057. 4-2007 GB/T2910. 2-2009	---	结合公定回潮率含量: 70%棉, 26%聚酯纤维, 4%氨纶	---
耐干摩擦色牢度, 级	GB/T3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度, 级	GB/T3920-2008	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度, 级	GB/T3921-2008 (40℃, 30min)	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯纤维4-5 锦纶4-5 棉 4-5 醋纤4-5	符合
耐水色牢度, 级	GB/T5713-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯纤维4-5 锦纶4-5 棉 4-5 醋纤4-5	符合
耐汗渍色牢度, 级	GB/T3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	(酸) (碱) 变色 4-5 沾色羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯纤维4-5 锦纶4-5 棉 4-5 醋纤4-5	符合
异味	GB18401-2010	无	无	符合
耐光色牢度, 级	GB/T8427-2008, 二 阶段, 蓝色羊毛标样 1~4级, 用 4级控制试验终点)	≥4 (仅考核面 料)	>4	符合
pH值	GB/T7573-2009 (萃取介质为氯化钾 溶液)	4.0~8.5	5.6	符合
甲醛含量, mg/kg	GB/T2912. 1-2009 (检出限20mg/kg)	≤75	未检出	符合



检测报告续页

M26003291

第4页共6页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (B类)	检测结果	单项判定
可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	GB/T17592-2024	禁用 (≤20)	未检出 (物质清单详见附表C)	符合
起球, 级	GB/T4802.1-2008 (780cN, 起球600次)	≥3-4 (仅考核面料)	4-5	符合
克重	GB/T4669-2008	±5%	220g/m²	符合
耐光、汗复合色牢度	GB/T14576-2009	≥4	4-5	符合
顶破强力 (针织类) / 胀破强力 (毛针织类)	GB/T19976-2005 (针织类)、GB/T7742.1-2005 (毛针织类)	针织类顶破强力≥250N; 毛针织类胀破强力≥245kPa	针织类280N、毛针织类280kPa	符合
断裂强力	GB/T19976-2005 (针织类)、GB/T7742.1-2005 (毛针织类)	针织类顶破强力≥250N; 毛针织类胀破强力≥300kPa	针织类320N、毛针织类350kPa	符合
接缝滑移	GB/T3923.1-2013	机织类面料≥200N, 里料≥140N	220N	符合
水洗尺寸变化率	GB/T13772.2-2019	定负荷100N下, 接缝处纱线滑移≤6mm	2mm	符合
外观质量	GB/T8629-2017	机织类 (长度、胸宽) - 4.0%~+1.0%; 针织类 (长度、宽度) - 5.0%~+3.0%	长度-1.2%、宽度+0.5%	符合
洗后扭曲率	GB/T31888-2015	无明显疵点、色差、污渍、线头等, 规格尺寸符合要求, 缝制质量良好	无明显外观疵点, 规格尺寸符合要求, 缝制质量良好	符合
洗后外观质量	GB/T8629-2017	上衣≤2.0%, 裤子≤2.5%	1.2%	符合

注：“——”表示不要求或不适用。



检测报告续页

M26003291 第5页共6页

附表C:可分解致癌/有害芳香胺染料检测结果（气相色谱/质谱法）

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

注：表中“未检出”表示检测结果低于测定低限，本方法的测定低限为5mg/kg。



检测报告附件

M26003291

第6页共6页

贴样/样品图片



报告正文结束

检测报告说明

M26003291

1. 报告无“检验检测专用章”无效，无编制和审批签名无效，报告涂改无效。
2. 未经本中心批准不得部分复制报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 客户提供信息由委托方提供并确认，本中心不对其真实性及完整性负责。
4. 本报告检测结果仅适用于所接收样品。
5. 对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

