

Mesas de Resina

Una guía paso a paso que le enseñará
las técnicas para producir una hermosa
River Table



 **GUÍA PASO A PASO**



Contenido

Introduccion

El propósito de esta guía.

Modelo de tabla usado paso a paso

Antes de comenzar

Elegir la madera

Herramientas de taller, materiales y condiciones

Equipo

Materia prima

Condiciones del taller

Resina epoxi para su diseño

¿Qué resina usar?

Relación resina y endurecedor

Importante

¿Cuánta resina necesitaré?

Guía paso a paso

Consejos importantes para el éxito del proyecto.



Contenido

Preparando la madera

Preparación del molde o cuna

Equipos utilizados en el molde.

Paso a paso

Descarga de resina

Cómo aplicar el agente de liberación

Derrame de resina

Paso a paso

Etapas B

Importante

Próximas capas

Recuerda

Acabado

Sellado y acabado de madera.

Base de la mesa

Resumen

Introduccion

El Propósito de Esta Guía

Las mesas de resina son uno de los muebles más deseados de la actualidad y se pueden ver dando vida a elegantes salas de estar, revistas de diseño de interiores y salas de exhibición de exclusivas tiendas de muebles. El objetivo de esta guía es proporcionar a los fabricantes de muebles profesionales, a los trabajadores artesanales de la madera y a los amantes del bricolaje una guía detallada paso a paso sobre cómo hacer mesas impresionantes como la que se enseña en este eBook

Por supuesto, esto se puede usar para hacer una variedad de muebles que combinan madera y resina para crear efectos sorprendentes, que incluyen mesas de cualquier tamaño o forma, así como tablas, sillas, bancos y más. Esta guía incluye todos los consejos de expertos que necesitará para evitar errores comunes y tener éxito con sus diseños de muebles de resina. Entonces, si tiene la intención de hacer alguno de estos muebles de resina, es de suma importancia que lea esta guía en su totalidad antes de comenzar!

Modelo de Tabla Utilizada en Este Tutorial

Como se indica en el texto anterior, hay una variedad de piezas que se pueden crear con resina, pero en este eBook le enseñaremos paso a paso cómo hacer que una "River Table" en la traducción sería "tabla de río" o "tabla de río".



Las técnicas que se enseñan aquí se pueden usar para crear varios tipos de piezas, un consejo muy importante es comenzar con diseños más pequeños y, cuando tenga más confianza, pasar a diseños más complejos.



Antes de Comenzar

Elegir Madera

El primer paso para crear su propia mesa de resina es elegir la pieza de madera para su proyecto. Casi cualquier tipo de madera servirá, pero probablemente desee elegir una que tenga un color atractivo y hermoso.



Hay varios aserraderos especializados en madera exótica, así que elija la pieza perfecta para su proyecto, visite cualquiera de ellos y elija la pieza que más le convenga. Al elegir el tipo de madera, asegúrese de que esté seca y elija la pieza más plana posible.

Cuando esté en el aserradero, puede pedirle al vendedor que adelgace la madera hasta que tenga un acabado liso en ambos lados. También debe pedir cortar la madera por la mitad si tiene la intención de seguir fielmente este proyecto de "River Table".



Equipamiento, Materiales y Condiciones del Taller

Varías herramientas de carpintería pueden ser útiles para su proyecto, pero con un mínimo (suponiendo que el proveedor de madera haya preparado la madera para usted), se necesitarían las siguientes herramientas y materiales para completar el proyecto:

Equipo

- Soplador de calor o secador de pelo
- Pistola de silicona (opcional)
- Sierra (opcional)
- Equipo de protección (guantes, gafas y mascarilla)
- Papel de lija de agua: 100, 220 y 320
- Tablilla y tablero de MDF
- Varilla de mezcla
- Llanas dentadas
- Destornillador eléctrico
- Copa graduada
- Lijadora
- Pincel
- Cincel
- Cinta de medir


Materia Prima

- Resina epoxi de alto o bajo espesor
- Endurecedor epoxi
- Tinte azul translúcido
- Agente de liberación
- Pigmento perlado



Condiciones Del Taller

Las condiciones del taller son de suma importancia para el proyecto, debe ser calentado, seco y sin polvo, lo que es tan importante para la madera como para la resina. A lo largo del proyecto, se recomienda que la temperatura sea de 20 ° C o más. No intente este proyecto en condiciones húmedas o frías, ya que esto arruinará el rendimiento y la apariencia de la resina.

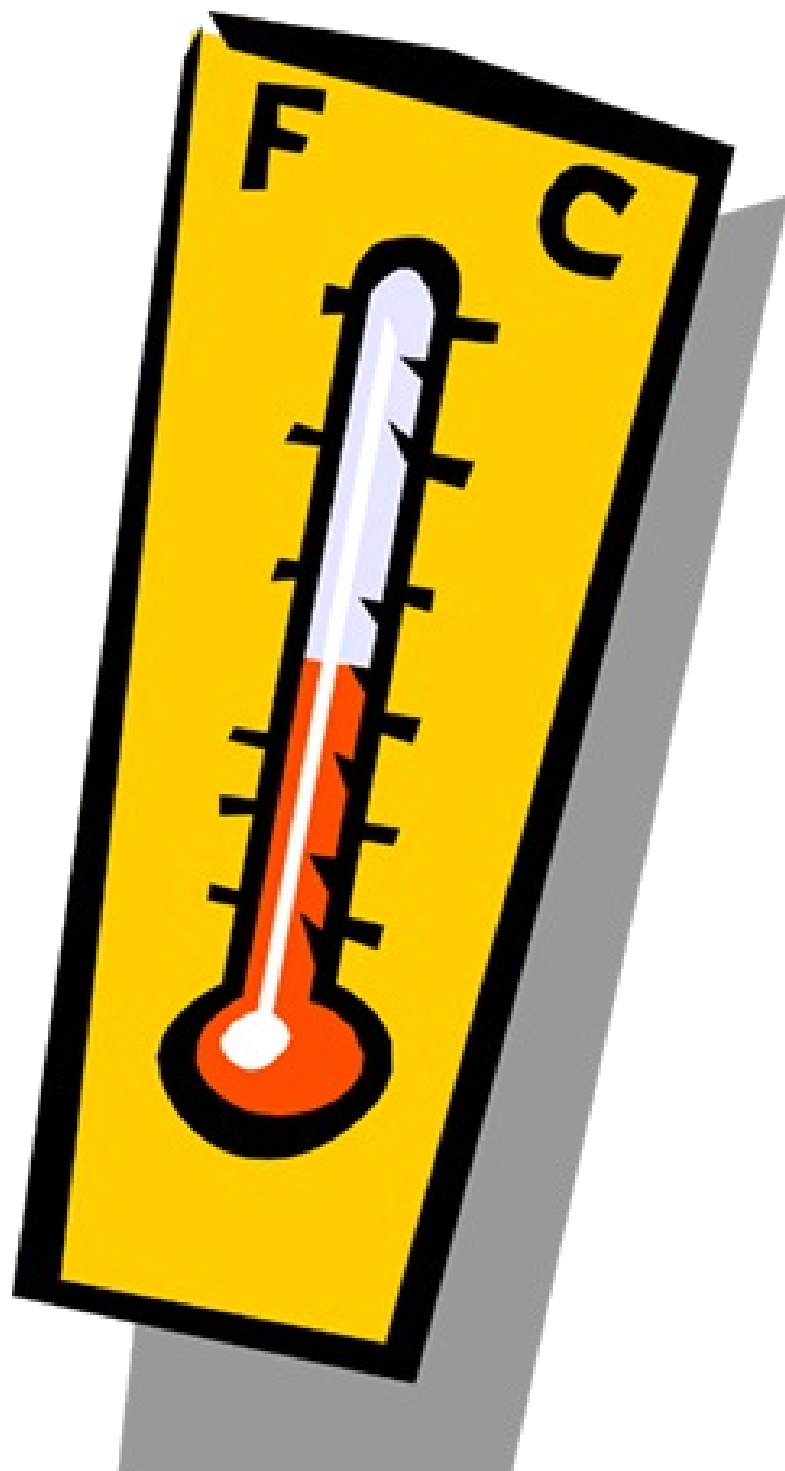

Resina Epoxi Para su Diseño

¿Qué resina usar?

La resina utilizada como base para crear este eBook es una resina epoxi de alto espesor y baja viscosidad. Debido a que es una resina de baja viscosidad, tiene una mayor fluidez, lo que ayuda a llenar todas las grietas en la madera, lo que aumenta la adhesión de la resina. Otro punto importante sobre la elección de la resina es que tiene resistencia a los rayos UV, no se recomienda que la River Table se exponga a la luz solar directa, pero con el tiempo, incluso si se expone indirectamente, la resina puede volverse amarilla, por lo que es importante que para este tipo de proyecto elija resinas con protección UV También es interesante elegir una resina con baja reactividad, es decir, puede aplicarla en capas más gruesas en comparación con las demás, esto da como resultado una mayor practicidad del diseño. ¡Hable con su proveedor y vea con qué resina trabaja para satisfacer esas necesidades!



Relación de resina y endurecedor

Generalmente, la resina se comercializa junto con su endurecedor, tiene la función de hacer que las resinas se sometan a un proceso de curado, es decir, al endurecimiento tras su adición.

Las proporciones del endurecedor que estamos utilizando en relación con la resina en cuestión son de 100 a 18, es decir, por cada 100 g de resina epoxi, se requieren 18 g de endurecedor epoxi. para otros, esta proporción puede variar). Para pesar, use una báscula con la mayor precisión posible, nunca sobre o debajo del endurecedor.



Respete siempre las proporciones recomendadas por el fabricante, esto es para la mezcla de resina y endurecedor, así como el grosor de la capa que se aplica.

IMPORTANTE

Este consejo es crucial para el éxito de su proyecto, ¡así que preste atención!

Es posible que haya visto videos de Facebook o Instagram de diseños de mesas de resina donde la resina se vierte en el molde de una sola vez, dependerá del tipo de resina utilizada. La resina utilizada como base para este libro electrónico admite un grosor promedio de 2 a 2.5 cm por capa. Si excede este límite, la resina puede calentarse y su diseño se dañará.

En cualquier caso, recuerde, independientemente de la resina que utilice, siempre consulte las especificaciones del fabricante, esto garantizará que el producto se use correctamente, obteniendo así los mejores resultados posibles.

Las especificaciones son tanto para el espesor como para la proporción de resina y endurecedor, cada tipo de resina, independientemente del fabricante, tiene una especificación diferente, así que verifique antes de usar.



¿Cuánta Resina Necesitaré?

Es difícil calcular exactamente cuánta resina se usará en el proyecto, ya que depende de varios factores, por ejemplo: espesor de la madera, tamaño, cuánta resina absorberá esta madera.

Hay un cálculo simple que tiene en cuenta la longitud, el ancho y la profundidad del espacio que se rellenará con la resina, este cálculo nos permite llegar a una cantidad estimada de la cantidad de resina que se utilizará en el proyecto, por ejemplo:

Largo (en metros) x Ancho (en metros) x Profundidad (en milímetros)

El número resultante será el volumen correspondiente a litros, por ejemplo:

1,5 m (largo) x 0,15 m (ancho) x 30 mm (profundidad) = 6,75 litros

En términos simples, 6,7 litros de resina o aproximadamente 6,7 kg de resina

Recordando que los valores deben medirse de acuerdo con el espacio de la tabla (como se ilustra en la imagen adyacente), donde se vertirá la resina.



Se recomienda que la cantidad de resina comprada sea siempre ligeramente superior, ya que el cálculo de la cantidad utilizada es un valor estimado, y también pensando en otro factor que es la absorción de la resina por la madera. La misma punta se aplica al mezclar el tinte en la resina, esto asegurará un color consistente.



Guía Paso a Paso

Consejos Importantes Para el Éxito Del Proyecto

- **No comience con materiales fríos;**

Los materiales deben estar a una temperatura ambiente de al menos 20 ° C, así como en el taller. Comenzar con resina fría ralentizará el proceso de endurecimiento, lo que dificultará la ejecución de su proyecto. Esta temperatura también debe mantenerse durante todo el período de curado de la resina.

- **Trabajar en un ambiente libre de polvo;**

Su entorno de trabajo debe estar libre de polvo y brillante, esto asegurará que no ocurran accidentes en el proceso, como evitar manchas de polvo en la resina en su proceso de curado.

- **Verifique la barrera o cuna;**

Verifique cuidadosamente el sellado de su barrera o cuna, esto evitará posibles fugas de resina y, en consecuencia, desperdicio de material.

- **Mide y homogeniza con precisión;**

Al medir la resina y el endurecedor, asegúrese de que la proporción recomendada por el fabricante sea correcta, mida con la mayor precisión posible, por ejemplo, nunca agregue endurecedor o resina "extra". Asegúrese de mezclar bien, esto asegurará una cura exitosa.

- **Atención extra en la primera capa;**

Al verter la primera capa de resina, tenga en cuenta la cantidad utilizada, respetando siempre el grosor máximo indicado por el fabricante, después de aplicar esta primera capa sabrá la cantidad de resina que debe usarse en cada capa. Otro consejo importante es prestar atención en los primeros minutos, si hay burbujas o imperfecciones debido a la "respiración" de la madera, puede corregirla fácilmente con un palillo de dientes, un soplador o una secadora.

1. Preparando la madera

Aunque probablemente le guste la corteza de madera en los bordes, para que la pieza sea más sólida y resistente, tendrá que quitarla, ya que su presencia dificulta la adhesión a la resina.



Con la ayuda de un cincel u otro raspador, retire toda la corteza de los bordes de la madera.

Luego use papel de lija para eliminar cualquier material suelto y hacer que el borde sea lo más suave posible. Asegúrese de limpiar todo el polvo y la suciedad con un paño o aspiradora antes de pasar a la siguiente etapa.




2. Preparación del molde o cuna

Antes de comenzar, una advertencia importante es que es extremadamente importante que su molde esté bien ajustado a la madera, esto asegurará que no haya fugas de resina durante todo el proceso de fabricación de River Table.

Equipo Usado En el Molde

Dos listones que son mayores que la profundidad de la madera elegida.

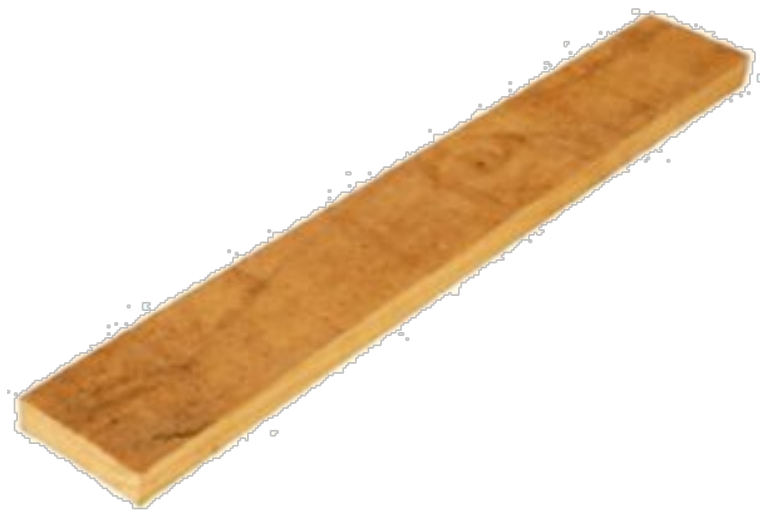

Una placa de MDF de al menos 15 mm de grosor para que no se produzcan problemas con los tornillos.

Tornillos y destornillador eléctrico para garantizar que la barrera sea firme.



Hay varias formas de crear una barrera o cuna, que enseñaremos es la más simple y requiere menos equipo en su creación.

PASO A PASO



En un lugar plano, coloque los listones de madera a los lados de la mesa.




Con un destornillador, fije las tablillas a la mesa con tornillos, asegúrese de que estén bien fijas, firmes y sin grietas.



Voltee la mesa y vuelva a usar el destornillador para asegurar la placa MDF.



En caso de duda si el molde tiene grietas, use silicona para sellar, pero tenga cuidado, use solo en el exterior de la cuna, NO aplique silicona donde se derramará la resina.

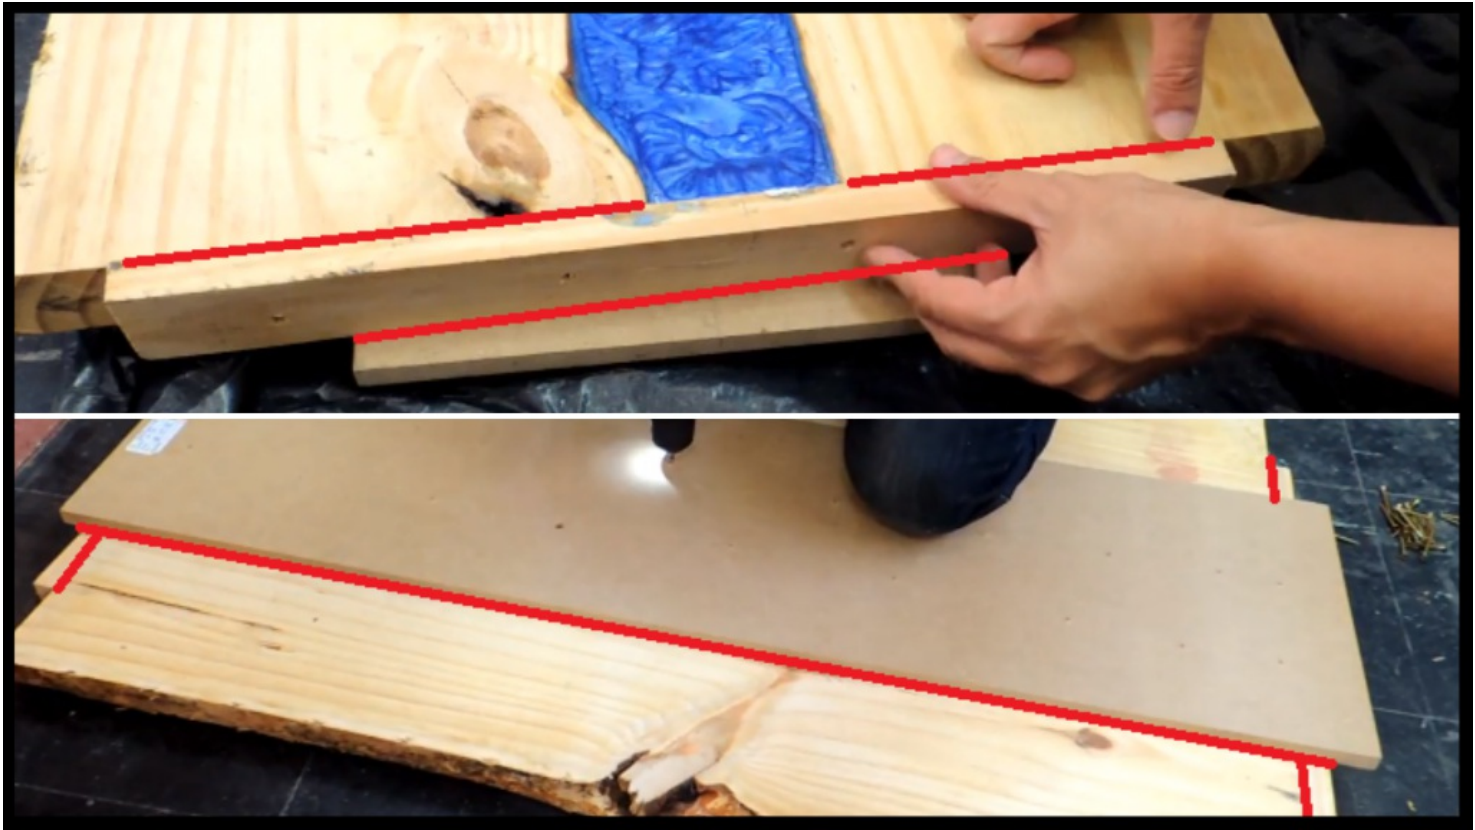

En esta imagen, la línea roja ilustra dónde se debe aplicar la silicona para sellar completamente la cuna y evitar el desperdicio de resina.

3. Volcado de la Resina


Antes de verter la resina, con la ayuda de un cepillo, aplique el agente de liberación en las partes de la cuna de madera, es decir, en MDF y listones.



Atención, el agente de liberación no debe aplicarse en la parte de la mesa, ya que dificultará la adhesión de la resina, tiene la función de facilitar la liberación de la mesa.

Cómo Aplicar el agente de liberación

Con el molde a temperatura ambiente, aplique de 3 a 5 capas de agente de liberación. Las capas siempre deben aplicarse respetando el tiempo de evaporación de la capa anterior, su función es formar una especie de película, que Usted es responsable de no dejar que la resina se adhiera al molde.

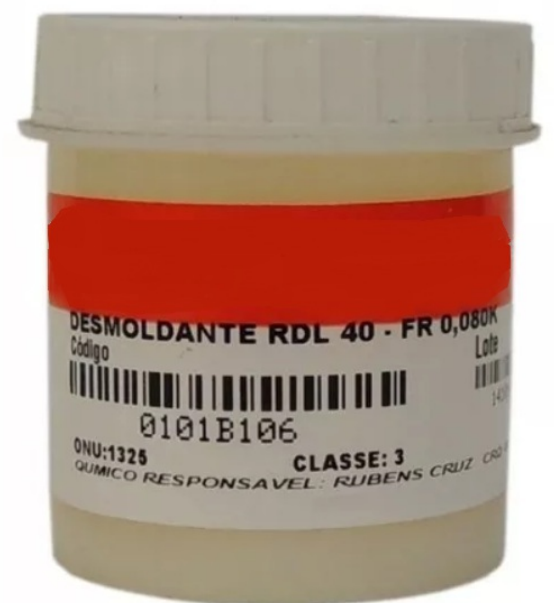

CONSEJO

Si no encuentra un agente de liberación, puede elegir usar vaselina.



Derrame de resina

El proceso que se enseñará ahora es para todos los pasos de aplicación de resina, preste mucha atención ya que repetirá el proceso hasta que la cantidad de resina esté nivelada con su mesa, es decir, hasta que la resina llene completamente el Vete de tu mesa del río.


Recuerde que siempre debe seguir las instrucciones del fabricante, de acuerdo con la resina que está comprando. Como la razón para elegir este material ya se explicó al comienzo de este eBook, comenzaremos el proyecto paso a paso.



PASO A PASO

Utilizando EPI (guante, máscara y gafas), con la ayuda de una balanza de precisión, pese la resina de la primera capa, siempre respetando las especificaciones de la materia prima utilizada y de acuerdo con el tamaño de su proyecto, en el caso de la resina. y del endurecedor que estamos usando, la proporción es de 100 a 18, es decir, cada 100 g de resina requiere 18 g de endurecedor, por ejemplo, si se usan 800 g de resina en su primera capa, debe usar 144 g de endurecedor (siempre verifique la proporción del producto según el fabricante antes de usar).

Antes de mezclar el endurecedor, agregue el colorante al color que elija para su River Table, y mézclelo con una espátula o destornillador y mezclador, mezcle el colorante lentamente a su tono preferido.

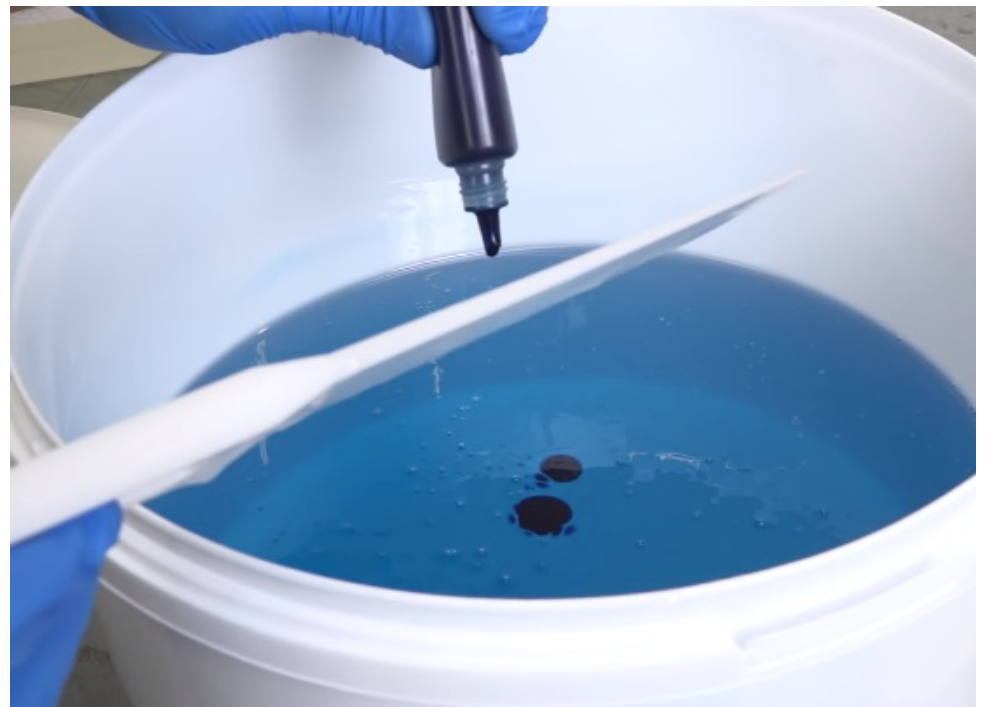

También puede agregar un poco de pigmento para lograr el color de su River Table, pero recuerde que la mezcla de tinte y pigmento debe hacerse antes de que se mezcle el endurecedor.

Después de pesar la resina y mezclar el tinte y el pigmento de su elección, agregue el endurecedor de acuerdo con la cantidad de resina que se usará en la primera capa, y nuevamente usando un destornillador y un mezclador, homogeneice la mezcla, recordando que el endurecedor debe ser el último elemento de la mezcla.



Normalmente, el color del tinte utilizado para hacer una River Table es azul, pero puede usar cualquier color siempre que el tinte sea compatible con la resina, o también puede optar por dejarlo sin colorear, dejando la resina en su estado original (si Si desea que sea transparente, elija una resina con protección UV (esto ralentizará el amarillamiento de la resina)).





Luego vierta lentamente la primera capa de resina en el espacio de la mesa y recuerde, SIEMPRE RESPETE EL ESPESOR DEL FABRICANTE, admite de 2 a 2.5 cm, esto es muy importante para el éxito de porque si superas este grosor, la resina puede calentarse y arruinar el proyecto. Otro punto importante es que si la resina es de baja reactividad, es decir, una resina que puede manejar un espesor más grueso, esta resina tendrá dificultades para secarse si es una capa muy delgada, por lo tanto, divida las capas muy bien para que cada una esté cerca una de la otra. 2 a 2.5 cm de espesor. Otra alternativa si tiene que completar el proyecto con una capa muy delgada de resina. Si usa una resina para espesores más pequeños, asegúrese de que si usa la resina para el acabado final, tiene protección contra rayos ultravioleta, de lo contrario se volverá amarilla.



Después de verter la primera capa, use un soplador de calor o un secador de pelo para eliminar las burbujas de la resina, realice movimientos continuos y no deje la corriente de aire en un punto fijo de la resina. Es muy importante observar el proyecto en los primeros minutos, porque si aparecen más burbujas debido a la "respiración" de la madera, puede resolverlo fácilmente.




Una vez hecho esto, deje que la resina se seque hasta la "etapa B" para aplicar la siguiente capa, asegúrese de que la temperatura ambiente sea de alrededor de 20 ° C para que no haya problemas en el proceso.

Etapas B

Llamaremos a la etapa B, la etapa del proyecto donde está lista para recibir la próxima resina cada una.

- **Pero, ¿cómo sé qué etapa es "B"?**

En el caso de la resina que utilizamos, considerando que su diseño estaba en reposo en un ambiente con una temperatura de aproximadamente 20 ° C, la etapa B ocurre de 6 a 8 horas después del derrame de la resina, es la etapa donde es pegajosa pero no completamente curado.

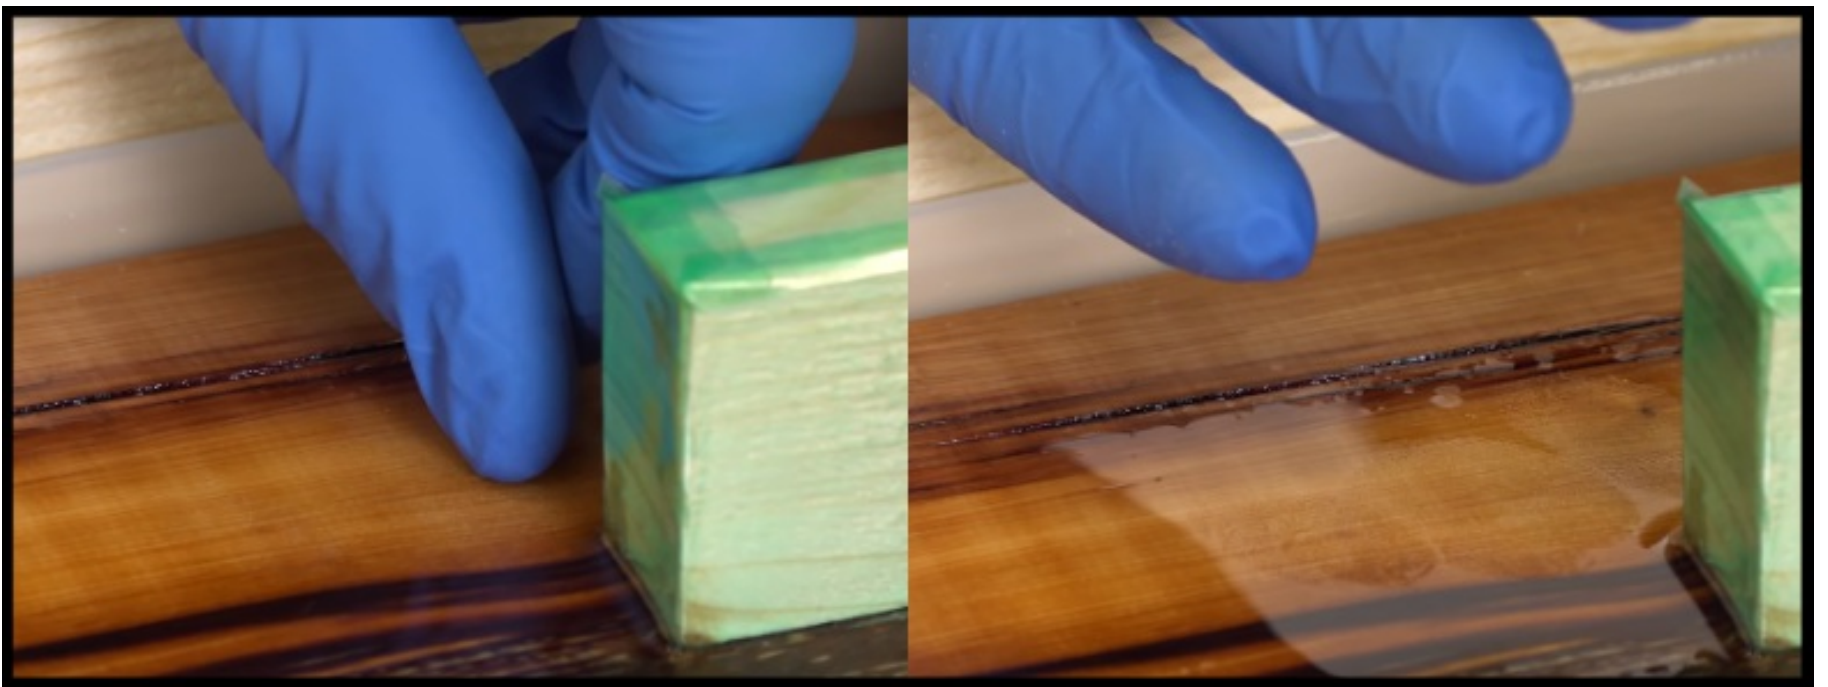

Para verificar si el proyecto está listo para recibir la siguiente capa con un guante, presione la resina con el dedo y vea si está pegajoso, pero cuando retire el dedo, no quedará ningún residuo en el guante.

IMPORTANTE

Antes de continuar, hablemos sobre dos situaciones que pueden ocurrir en el proceso de curación y qué pasos tomar en cada situación:

- **Los tiempos de secado pueden variar según el grosor de la capa y el tipo de resina elegido, siguen de cerca su diseño durante todo el proceso para que no ocurra nada inesperado.**
- **Si la resina se ha curado completamente, debe lijarse antes de recibir la siguiente capa, ya que esto garantiza una mejor adhesión entre las dos capas.**



Próximas Capas

Después de que el proyecto esté en la etapa B, repita los procesos enseñados anteriormente y vierta la última u otras capas de resina (si el proyecto necesita más capas, el proceso es el mismo, espere hasta la etapa B de la capa anterior para aplicar una nueva capa, y así sucesivamente).



Recuerda

Use el soplador o el secador para eliminar las burbujas cada vez que se aplique una nueva capa de resina.



Una vez que se haya vertido la última capa, espere de 24 a 48 horas para que se cure la resina. Este tiempo puede variar según el tipo de resina utilizada y la temperatura del taller, que puede durar más o menos. Lo importante es que la resina se cure antes de continuar.



Después de que la resina se haya secado, con un destornillador, retire los tornillos y deshaga la base, pero tenga mucho cuidado de no dañar la mesa y comprometer el diseño.



Si alguna cuna se adhiere a la resina, retire las piezas más grandes y luego, con una lijadora, retire las piezas más pequeñas.



Acabado

Usando una lijadora, alinee la superficie de la mesa, eliminando cualquier exceso de resina, así como también cualquier imperfección en la madera.



Para hacer el trabajo, puede usar un papel de lija de hierro número 36.





Si los bordes de la mesa necesitan alinearse, use una sierra para hacer el trabajo.




Si no tiene práctica con este equipo, tenga mucho cuidado con los accidentes al usarlo, o subcontrate este trabajo.





Una vez que haya hecho esto, termine con la lijadora, use las siguientes lijadoras en secuencia:

- **Papel de lija de agua: 100**
- **Papel de lija de agua: 220**
- **Papel de lija de agua: 320**

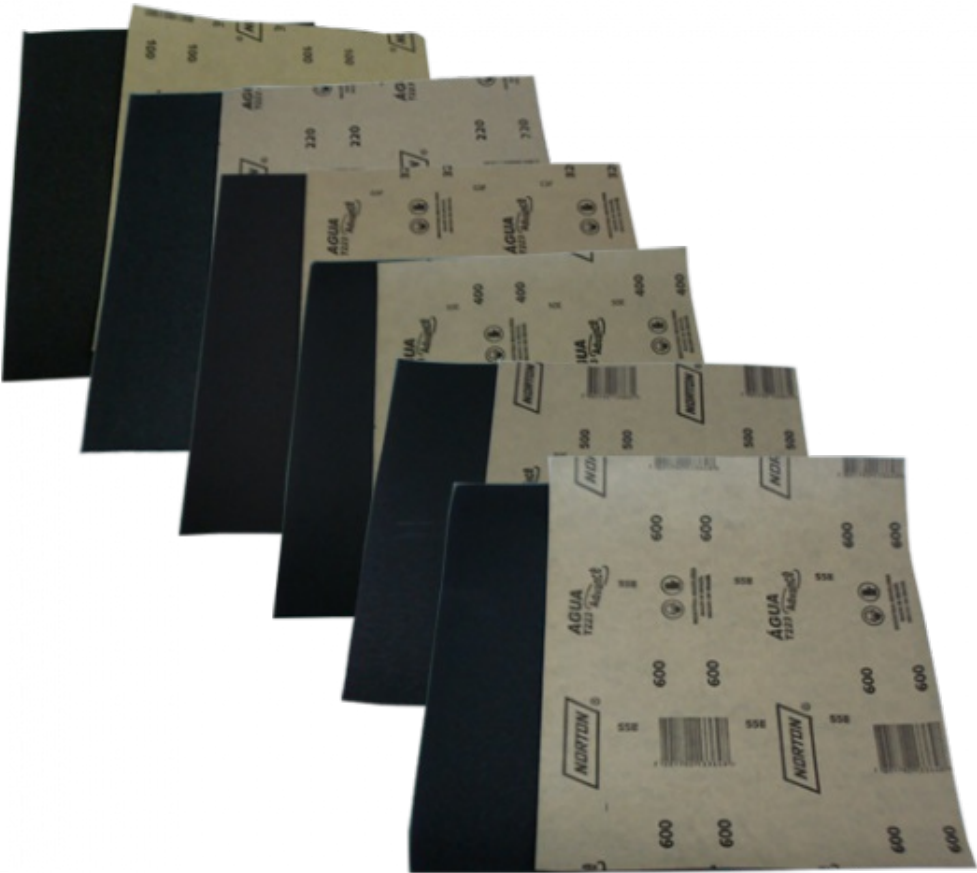



Usando arpillera y alcohol, limpie toda la superficie de la mesa, esta práctica es necesaria para eliminar todo el polvo, preparando el proyecto para el pulido, o para otra resina de "mano", si lo desea.



Sellado y Acabado de Madera



Sin nada para sellar y proteger la madera, puede ser vulnerable a las manchas y la absorción de humedad, por lo que se recomienda sellar la madera con algún tipo de cera, aceite u otro acabado específico para la madera.

Su elección del acabado de madera es una cuestión de gusto personal, ya que los diferentes productos proporcionarán diferentes niveles de protección y diferentes aspectos.



Si lo desea, también puede pulir la resina usando el esmalte para automóviles número 2. Antes del pulido final, es importante sellar la madera ya que esto ayuda a evitar que se marque con el proceso de pulido.

Otra opción de acabado es pesar una cantidad de resina y endurecedor (en las proporciones correctas), y con la ayuda de una llana dentada, extender la resina, asegúrese de eliminar las burbujas con el soplador o el secador después de la aplicación. Hecho esto, espere al menos 48 horas o hasta que sane bien. Use una resina resistente a los rayos U.V, si es una resina común en la mezcla, agregue una pequeña cantidad de tinte, esto retrasará el amarillamiento si la resina no tiene esta protección.



CONSEJO IMPORTANTE

Si elige terminar con una capa delgada de resina, le recomendamos usar una resina menos reactiva, una resina de capa delgada que también tenga resistencia a los rayos U.V.





Se for fazer somente camadas superficiais, você pode procurar resinas específicas para isso, elas acabam saindo mais baratas que as de altas espessuras.



Base de Mesa

Después de todo el proceso de terminar su River Table, simplemente elija la base que más le convenga, instálela y ¡listo! Su proyecto está terminado, solo úselo para decorar cualquier rincón de su hogar o venda su obra de arte.



En las imágenes de arriba podemos ver varios tipos de bases, que se encuentran fácilmente en tiendas virtuales, si su ciudad no tiene tiendas especializadas.

Resumen

Hemos preparado este resumen para simplificar cada paso del proceso de fabricación de River Table, lo que facilita la comprensión del contenido, pero tenga cuidado, NO siga este resumen para completar su proyecto, ya que no tiene los detalles fundamentales para el proyecto. manejo de resina.

Vamos Allá...


Elige madera

Obtenga el pedazo de madera en un lugar especializado, si es rústico, pídale al profesional responsable que lo haga lo más plano posible, también pídale que corte la madera por la mitad, para que la resina pueda pasar entre las partes, dándole El efecto del río. Para el éxito del proyecto, la madera debe estar seca.




Condiciones del taller

El entorno elegido para el proyecto debe ser un entorno libre de polvo y su temperatura no debe ser inferior a 20 ° C.

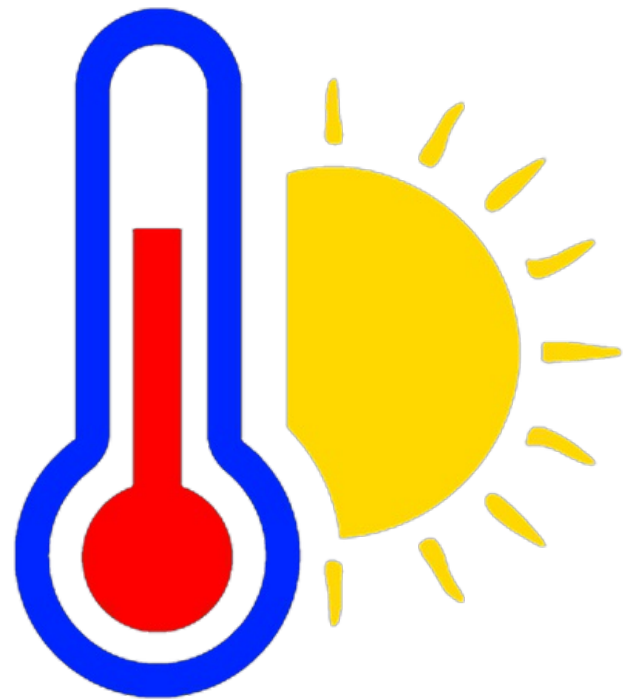

Establecer cantidad de resina

Usando la fórmula que se enseña al comienzo del Ebook, calcule la cantidad total de resina que se utilizará en el proyecto, recordando que es difícil de calcular con precisión, por lo que, como precaución, siempre reserve un poco más.

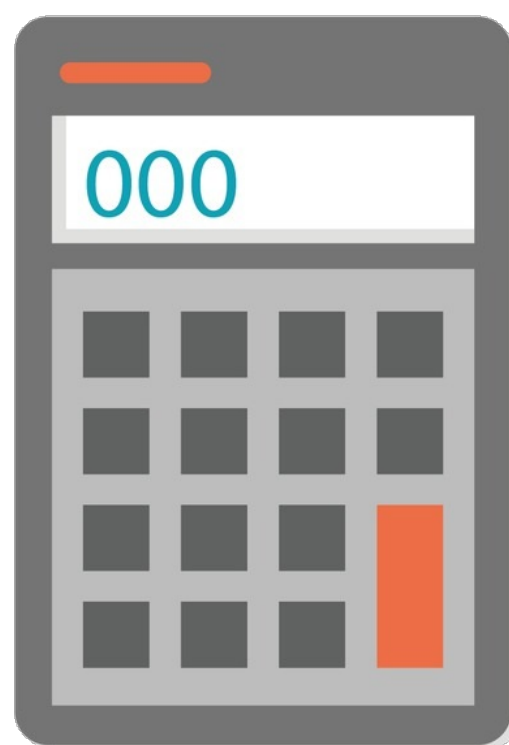

Preparar la madera

Despegue toda la corteza de los bordes de la madera y, después de hacerlo, lije para eliminar las imperfecciones restantes.



Cuna o molde

Según su proyecto, construya una cuna o molde de madera, debe estar bien ajustado y sin grietas, para evitar el desperdicio de resina.



Aplicación de resina

Los puntos más importantes en el momento de la aplicación de la resina son: mezclar las proporciones correctas de resina y endurecedor, y respetar el grosor de la capa indicado por el fabricante, si se excede este grosor, la resina puede sobrecalentarse y estropear el diseño.




Eliminación de burbujas

Después de la aplicación de toda la resina, es de suma importancia eliminar las burbujas con un soplador o secador térmico, ya que pueden dificultar la adhesión de la resina y la estética del diseño.



Etapa B

Después de aplicar la resina, un punto muy importante es saber cómo identificar la etapa B, que es la etapa donde la resina está "semicurada" o lista para recibir la siguiente capa. Si la resina se ha endurecido por completo, debe lijarla para que se adhiera la siguiente capa.

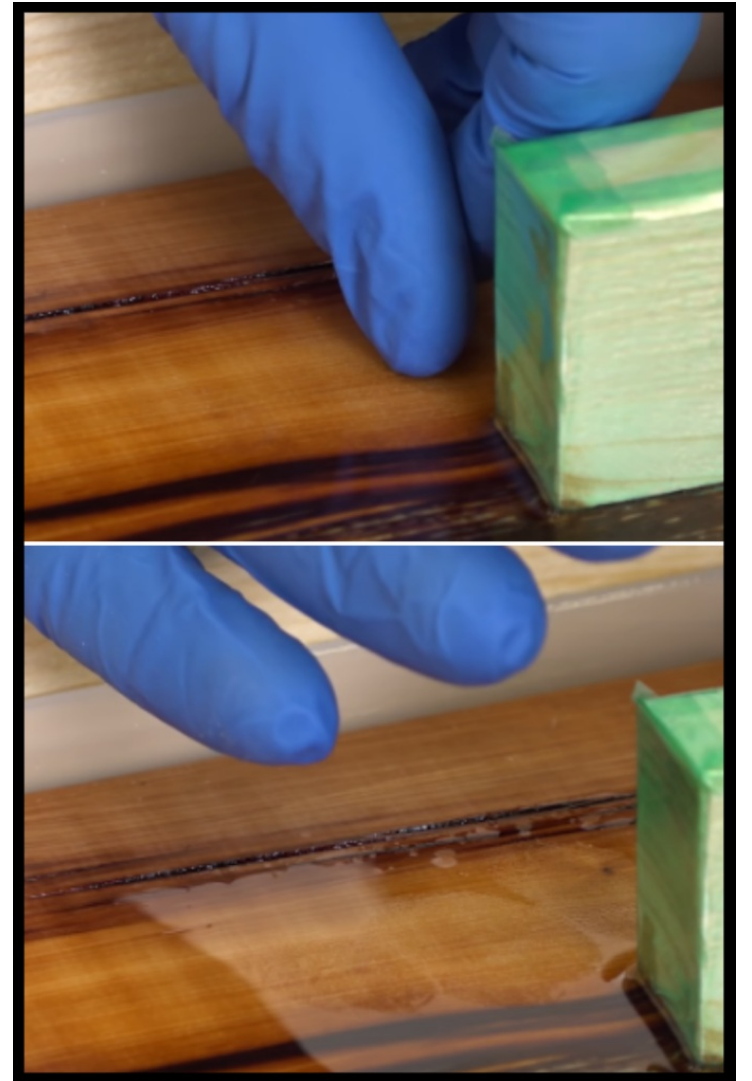

Próximas capas

Aplique tantas capas como sea necesario hasta que la resina llene todo el espacio de la tabla, repitiendo siempre los mismos procesos en la preparación y post aplicación. El punto principal es respetar el espesor de la capa de resina de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



Curado de resina

Después de completar el proyecto, espere al menos 24 horas para que la resina cure. El tiempo de curado dependerá del tipo de resina y la temperatura ambiente, es importante esperar el curado antes de continuar.



Eliminar el formulario

Justo después de que la resina esté curada (seca), retire la forma de madera, pero tenga cuidado de no dañar el diseño.



Acabado de papel de lija

Usando una lijadora eléctrica, dé el acabado final al proyecto, el objetivo es dejar la mesa plana, darle a la resina el brillo inicial y eliminar las imperfecciones restantes.



Sellado De Madera

Para sellar la madera y evitar su vulnerabilidad a la absorción de humedad, manchas, etc., use un poco de aceite o cera específica para este tipo de acabado.



Pulido de acabado de masa (opcional)

Aún en los acabados, puede optar por usar una masilla de pulido automotriz 2 para mejorar aún más el brillo de la resina.



Acabado de resina (opcional)

Otra opción es terminar el acabado con una fina capa de resina. Use una resina resistente a los rayos U.V, si es una resina común en la mezcla, agregue una pequeña cantidad de tinte, esto retrasará el amarillamiento si la resina no tiene esta protección.



Elige tu base

El toque final es elegir una base para su River Table, si no tiene una tienda especializada en su área, puede encontrarla fácilmente en Internet, solo busque "base de mesa", tendrá muchas opciones, hay solo elija el que mejor se adapte al proyecto.




Termina el proyecto

Una vez completado el proyecto, asegúrese de que su resina River Table esté bien curada, ya que este es solo el destino que desea para su obra de arte, decorar su hogar, regalarla o incluso venderla.



Consejo importante

Si no está seguro de ejecutar un proyecto grande, comience con elementos más pequeños, como una montaña rusa, un taburete, etc., y cuando tenga confianza, continúe con proyectos más grandes.

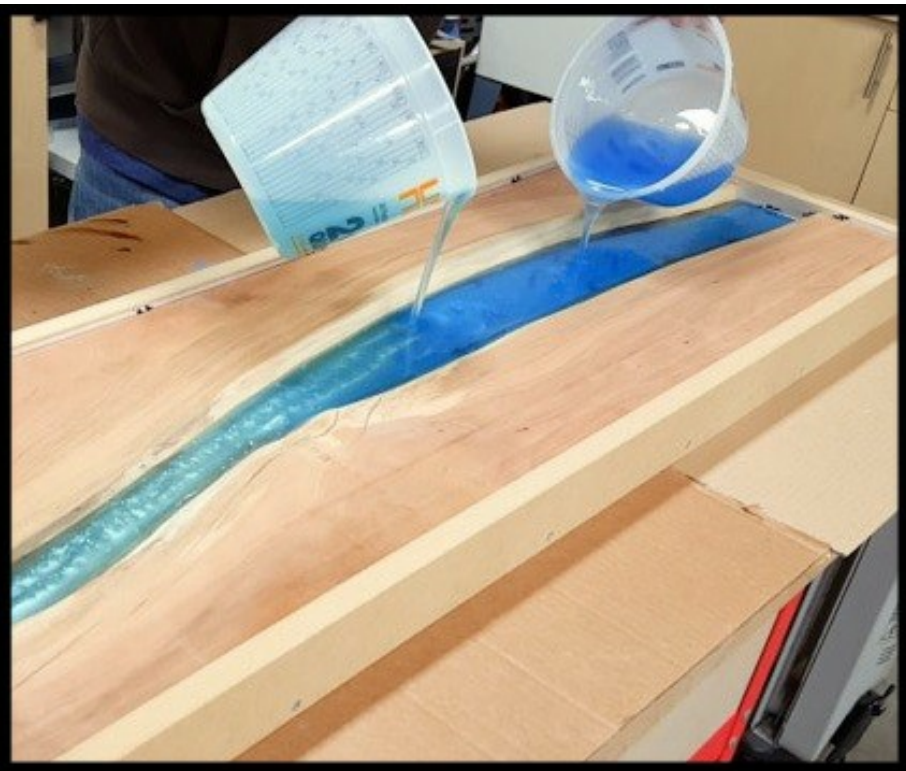

Cuidado de la River Table

Ahora que su proyecto está terminado, seguramente querrá verlo hermoso durante varios años, así que aquí hay algunos consejos para hacerlo posible:

- **Objetos calientes:** evite colocar objetos calientes directamente sobre la resina (ollas, platos, tazas, etc.), ya que esto puede causar marcas en la superficie, siempre use portavasos y tapetes resistentes al calor. Si ocurre un accidente, puede pulir la superficie para minimizar el daño e intentar una corrección.
- **Luz ultravioleta:** la resina en general, cuando se expone directamente a la luz solar, cambia su apariencia, por lo que no debe exponerse directamente a la luz solar. Los rayos indirectos también pueden cambiar la apariencia con el tiempo, por lo que es interesante usar una resina resistente a los rayos UV para extender la belleza estética del diseño, pero cuidado, las resinas son generalmente resistentes a los rayos UV, no inmunes, así que no Deje el proyecto expuesto a la luz solar directa.
- **Rasguños y marcas:** aunque la resina es muy fuerte, no es inmune a los arañazos y daños accidentales, por lo que si lo hace, corrija el proceso de lijado y pulido nuevamente.

Proyectos Alternativos

Con esta misma técnica, puede crear muchos otros diseños de mesa de resina, así que sea creativo! Decora el espacio de la mesa con piedras, gorras, monedas o cualquier otra cosa que se te ocurra, si no estás seguro de si funcionará, prueba de antemano la reacción de la resina con el objeto en proporciones más pequeñas.



La resina epoxi no solo se usa en la creación de River Table, sino que también se puede usar en la creación de varios otros proyectos, tales como: artesanías en general, orgonitas, otros muebles, obras de arte, esculturas, pinturas, etc., así que preparamos Un SUPER BONUS con mini proyectos para estimular tu creatividad en la producción de piezas únicas y exclusivas.



La resina también se puede utilizar en la creación de varios otros proyectos, como: artesanías en general, orgonitas, otros muebles, obras de arte, esculturas, pinturas, etc., por lo que hemos preparado un SUPER BONUS con mini proyectos para estimular su creatividad. producción de piezas únicas y exclusivas.