

五大檯面／面材 完整比較

水磨石 人造石 大理石 大板磚 塞麗石

內容

物理性能・接縫邊緣・空間應用・保養施工

整理日期


2026.10.08

適用

廚房檯面／中島／浴室／主牆
／地坪

版次

v1.0

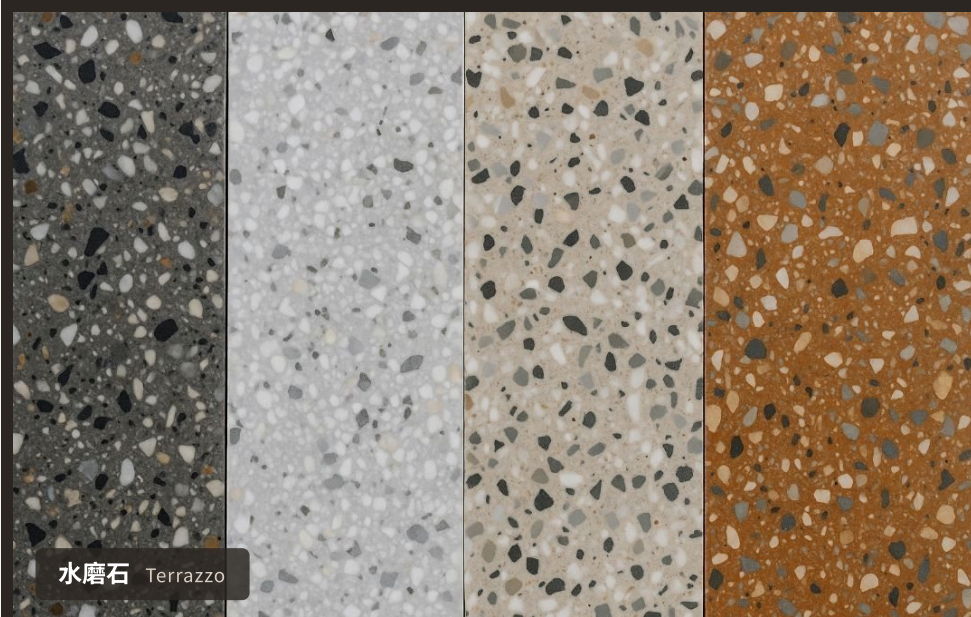

水磨石 Terrazzo



人造石 Solid Surface



大理石 Marble




大板磚 Sintered Slab



塞麗石 Silestone

五種面材一覽

先認識材料本身——成分與製程決定了它的硬度、毛細孔與加工極限。

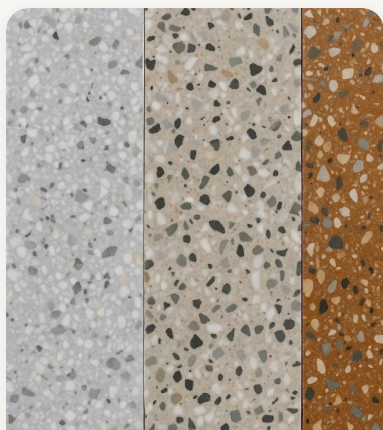

水磨石


Terrazzo

水泥或環氧樹脂＋大理石碎粒、玻璃骨料，打磨成形。

- 灌注工法可大面積無縫
- 花色可高度客製
- 水泥基需做防護封孔

莫氏硬度	4-6
吸水性	水泥基 高 環氧基 低
耐熱	水泥基 佳 環氧基 差

相對價格 中～高

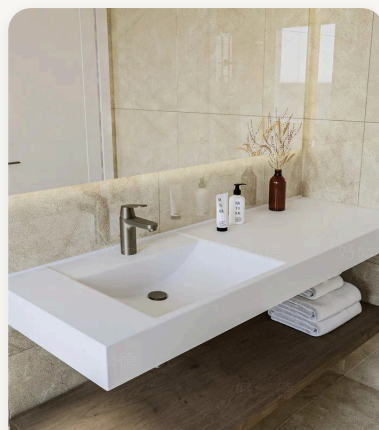

人造石

Solid Surface

壓克力樹脂＋氫氧化鋁礦粉，可熱彎、可黏接。

- 唯一可做到完全無縫
- 一體成型擋水、水槽
- 刮傷可打磨修復

莫氏硬度	2.5-3
吸水性	極低
耐熱	差

相對價格 低



大理石

Marble

天然碳酸鹽類變質岩，每片紋理獨一無二。

- 天然對花紋理
- 光澤溫潤、奢華大器
- 怕酸、易吃色

莫氏硬度	3-4
吸水性	中
耐熱	佳

相對價格 極高



大板磚

Sintered Slab

天然礦物 1,200°C 以上高溫高壓燒結（岩板）。

- 近零吸水、不吃色
- 耐高溫、抗紫外線
- 邊角受撞易崩

莫氏硬度	6-7
吸水性	≤0.1%
耐熱	極佳

相對價格 高



塞麗石

Silestone

Cosentino 品牌石英石：高比例石英＋樹脂壓製。

- 莫氏硬度約 7、耐刮
- 抗菌、幾乎不吃色
- 接長／轉角必有縫

莫氏硬度	約 7
吸水性	極低
耐熱	中

相對價格 高

閱讀方式 本指南依「性能 → 接縫邊緣 → 應用 → 保養」順序展開；材質照片為示意，實際花色請以樣品板為準。

完整比較表

五種面材在硬度、毛細孔結構與加工特性上差異顯著；粗體為選材時最該注意的關鍵差異。

材質	主要成分與製程	外觀與接縫表現	核心優點	主要缺點	實務最適用區域	相對價格
 水磨石	水泥或環氧樹脂混合大理石碎粒、玻璃等骨料後打磨。	斑駁復古感； 灌注工法可大面積無縫 ，磚材則有縫。	花色客製化程度高，耐磨，設計風格強烈。	水泥基毛細孔大、 極易吃色 ；現場灌注有龜裂風險；重量極重。	商業空間地坪、特色主牆、裝飾性中島、復古風地坪	中～高
 人造石	壓克力樹脂結合礦石粉製成。	色澤溫潤均勻； 可達到完全無縫拼接 。	可塑性極高（弧形、一體擋水條），刮傷可打磨拋光修復。	硬度低易刮傷 ；不耐高溫（熱鍋會泛黃、裂開）；深色醬汁久置會留色。	預算有限的廚房檯面、浴室洗手檯、複雜造型吧檯	低
 大理石	天然碳酸鹽類變質岩。	天然對花紋理 與大氣奢華感，無可取代。	光澤高、質感溫潤，豪宅設計中具保值與藝術性。	毛細孔大易吃色 ；不耐酸鹼（檸檬汁、醋會霧化）；保養成本高。	電視主牆、玄關端景牆、低踩踏頻率的豪宅地坪	極高
 大板磚	天然礦物經高溫高壓燒製（如瑪摩石、鈞金石等）。	仿天然石或金屬紋；尺寸極大， 接縫極少 。	近零毛細孔不吃色 ；極耐高溫、耐刮磨；比天然石輕，抗酸鹼。	剖面多數無紋理（非透心）；加工門檻高，邊緣受撞 易崩角 。	電視牆、高頻使用中島檯面、浴室牆面、好清潔地坪	高
 塞麗石	高比例天然石英結合樹脂高壓製成（頂級石英石代名詞）。	晶瑩或霧面的石材真實感； 會有接縫線 。	硬度極高（莫氏約7）， 防刮、耐磨、抗菌、幾乎不吃色 。	無法無縫拼接；造型受限； 含樹脂不宜直放熱鍋 、戶外日曬會變色；價格高於一般石英石。	廚具檯面（最推薦）、中島、餐桌、洗手檯面	高


※ 材質照片為示意，實際花色以樣品板為準。補強：原表「人造石易吃色」修正為「表面較軟、深色醬汁久置會留色，可打磨去除」（人造石本身無毛細孔）；塞麗石補上耐熱與戶外限制。

物理性能圖解

「會不會刮、會不會吃色、能不能放熱鍋」是業主最常問的三題，用圖一次說清楚。

硬度比較（莫氏硬度）

紅虛線為一般刀具／玻璃硬度；低於此線的材質，切菜、拖拉鍋具就可能留下刮痕。

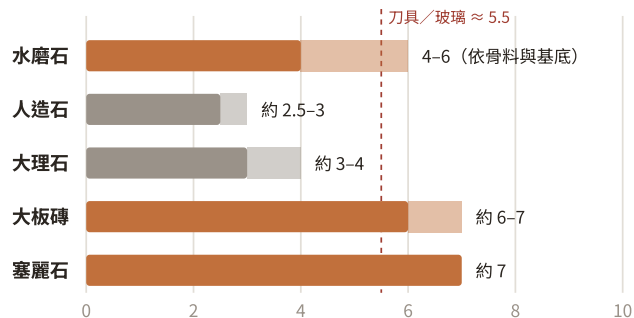

耐熱與防吃色

耐熱性


水磨石	●●●●●	水泥基佳；環氧樹脂基差
人造石	●●●●●	約 100°C 以下，熱鍋泛黃開裂
大理石	●●●●●	耐熱但溫差大易熱裂、留痕
大板磚	●●●●●	高溫燒結，熱鍋可短暫直放
塞麗石	●●●●●	含樹脂，熱鍋請用隔熱墊

防吃色

水磨石	●●●●●	水泥基吸水高，需封孔防護
人造石	●●●●●	不滲透，但表面留色需打磨
大理石	●●●●●	細孔＋怕酸，咖哩醋檸檬大敵
大板磚	●●●●●	吸水率 ≤ 0.1%，幾乎不吃色
塞麗石	●●●●●	不滲透，日常擦拭即可


毛細孔結構剖面示意

深色水滴＝醬油／咖啡／紅酒

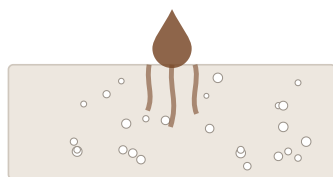


水磨石

毛細孔多・液體易滲入

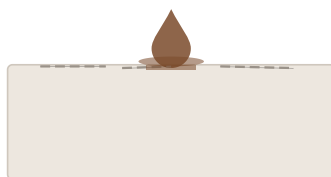


人造石

無毛細孔・表層軟易刮

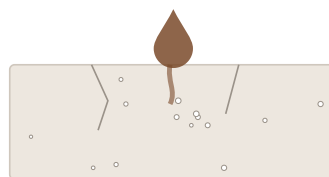


大理石

細孔＋天然裂隙・怕酸

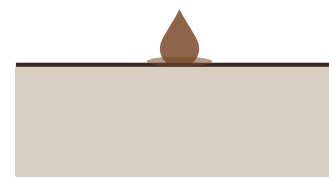

大板磚

燒結緻密・吸水率極低

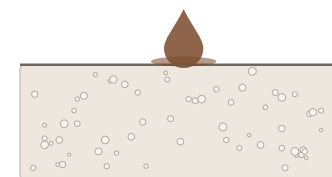

塞麗石

石英＋樹脂填實・不滲透


性能評分矩陣

以 5 分制量化各項表現（實務經驗評估，非實驗室數據），快速看出每種材料的強項與罩門。

	耐刮磨	防吃色	耐熱	抗酸鹼	無縫／造型	損傷可修復	抗崩角	價格親民	合計
 水磨石	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	24
 人造石	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	27
 大理石	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	17
 大板磚	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	27
 塞麗石	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	27

● 越多代表表現越好。「價格親民」分數越高代表越便宜。合計僅供參考——選材應看「該空間最在意哪一項」，而不是總分。

廚房檯面熱門三選一

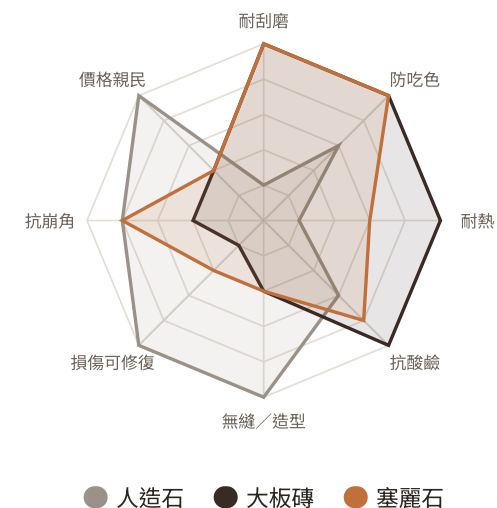

接縫・邊緣・板材規格

業主最在意的「看得到的縫」與「摸得到的邊」，決定了 L 型、中島這類檯面的最終質感。

L 型檯面接縫示意

俯視圖・紅線為可見接縫




水磨石 | 灌注可無縫



人造石 | 完全無縫



大板磚 | 接縫極少

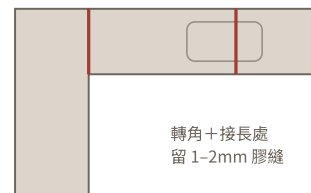

塞麗石 | 必有接縫



大理石 | 對花拼接

常見邊緣處理（剖面）



直角+小導角

最俐落；大板磚、塞麗石邊角需至少 1-2mm 導角防崩



圓角 R 角

有幼童家庭首選，R5 以上可降低碰撞與崩角



斜邊／鴨嘴邊

視覺輕薄，適合 12mm 薄板



45° 拼接假厚

解決大板磚剖面無紋理問題，視覺厚度 4-6cm



一體擋水條

人造石專長：檯面與背牆擋水一體成型，不藏污

常見板材尺寸與厚度

材質	常見尺寸	厚度	施工注意
水磨石	現場灌注無限制／磚 60×60、80×80cm	灌注 1-1.5cm（環氧 0.6-1cm）	重；地坪需評估樓板載重
人造石	約 76×366cm 板材，可熱彎黏接	12mm	輕、易施工
大理石	依荒料，約 160-180×240-280cm	18-20mm	重；需挑板、排版對花
大板磚	160×320cm（另有 120×240、180×360）	6／12／20mm	檯面建議 12mm 以上＋底板補強
塞麗石	約 140×300cm／Jumbo 159×325cm	12／20／30mm	懸挑超過 30cm 需加支撐

※ 尺寸依品牌與系列而異，下單前以廠商規格書為準。

空間應用與選材流程

同一種材料放錯地方就是缺點；先看空間，再選材。

空間適用矩陣

	廚房檯面	中島	浴室洗手檯	電視／主牆	室內地坪	陽台／戶外
 水磨石	△	○	○	◎	◎	○
 人造石	○	○	◎	△	×	×
 大理石	×	△	△	◎	○	×
 大板磚	◎	◎	◎	◎	◎	◎
 塞麗石	◎	◎	◎	○	△	×


◎ 最推薦 ○ 適用 △ 慎用 × 不建議

戶外／日照處：含樹脂的人造石、石英石長期紫外線會黃化；大板磚耐候性最好。

想要水磨石外觀，又要廚房好用？

- 水磨石紋石英石／大板磚**
外觀相近，不吃色、耐熱，保養同一般檯面（最推薦）
- 真水磨石只做中島或備餐區**
避開爐台與水槽，做滲透型封孔，每 1-2 年重上防護
- 檯面用耐用材，水磨石做立面或地坪**
中島側板、背牆或地坪使用，保留視覺重點

檯面選材決策流程

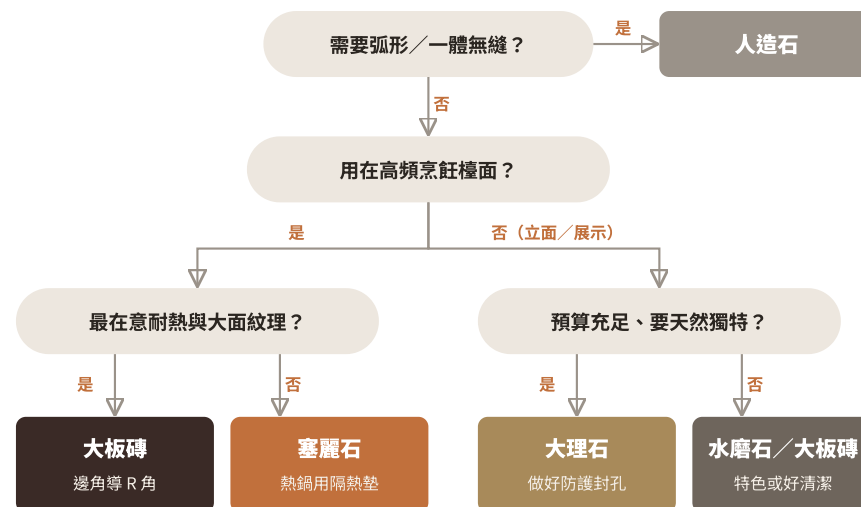

保養與施工注意

選對材料只是一半；交屋後怎麼用、施工時怎麼做，決定了五年後的樣子。

日常保養對照

材質	日常清潔	避免	定期保養	損傷修復
水磨石	中性清潔劑＋濕布	酸性清潔劑、長時間積水	1-2 年重新上防護劑／打蠟	局部研磨補色
人造石	中性清潔劑；去漬用菜瓜布輕刷	熱鍋直放、刀具直接切	霧面可自行用細菜瓜布整理	可整片打磨拋光如新
大理石	中性清潔劑，潑灑立即擦乾	檸檬、醋、酒、漂白水	1-2 年結晶／防護處理	專業研磨、補膠
大板磚	一般清潔劑皆可	硬物敲擊邊角	免保養	崩角僅能補膠，難完全修復
塞麗石	中性清潔劑＋濕布	熱鍋直放、強鹼烤箱清潔劑	免保養	小缺角補膠；大裂需換板

施工驗收六大重點

- 1 接縫位置**
下料前以圖面標出接縫，請業主確認，避開水槽與視覺焦點。
- 2 開孔 R 角**
水槽、爐台開孔四角需導圓角，直角開孔是日後裂紋最常見起點。
- 3 懸挑與補強**
中島吧台懸挑超過 30cm 需鋼構支撐；大板磚 12mm 以下需底板補強。
- 4 水槽安裝**
下嵌盆較好清潔但加工費高；確認收邊與止水膠顏色。
- 5 邊角保護**
大板磚、石英石進場後加護角，避免其他工班碰撞崩角。
- 6 加工安全**
石英石切割含結晶矽粉塵，加工廠須濕式切割；現場盡量不二次加工。

材質選擇的實務建議




01

廚房檯面首選

推薦：塞麗石

抗刮防吃色最能應付高強度廚房作業；若重視耐熱與大氣感，**大板磚**也是熱門選擇，但需做好邊角防護（導 R 角、45° 拼接假厚）。

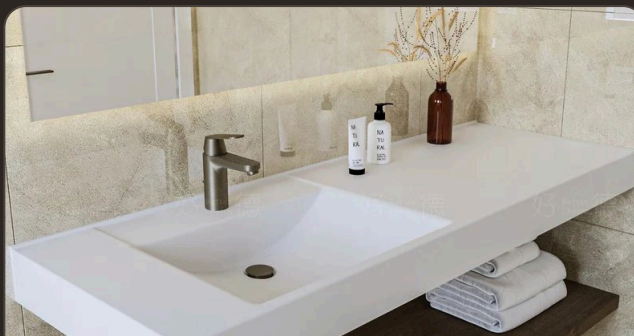


02

造型與預算考量

推薦：人造石

檯面有弧形設計或 L 型轉角、且極度在意接縫時，人造石是**唯一能做到完美無縫**的材料；預算有限時也最友善。

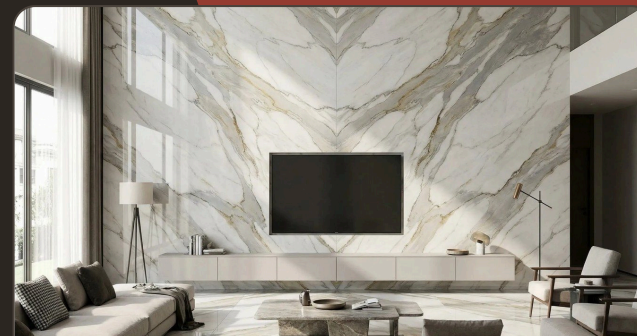

03

立面氣勢呈現

推薦：大理石／大板磚

電視牆、大面主牆若預算充足且追求天然獨特性，**大理石**依舊是頂級首選；考量免保養與大尺寸少縫視覺，**大板磚**實用性最高。

待確認項目

項目	確認對象	時間點
各材質實際單價、花色與交期	合作石材／檯面廠商	下次報價前
塞麗石新系列（低結晶矽配方）成分比例	品牌代理商	選樣時
大板磚是否採透心款或 45° 拼接	設計師＋業主	材質定案時