

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2017 年 7 月 10 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
台北營業	經理	吳振文	大陸杭州、崑山
二廠研發	主任	鄭敏精	大陸杭州、崑山
一廠技服部	工程師	江富誠	大陸杭州、崑山
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、染料推廣		
出國期間	自 2017 年 7 月 3 日 起至 2017 年 7 月 7 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要目的為回覆前次吳振文經理拜訪和韵科技時所帶回的訊息及相關問題。 1.2 於 7/3~7/5 與和韵顏副總、章文筆工程師、秦喜峰工程師逐一根據問題進行溝通與了解。 1.3 和韵表示永光染料容易發霉部份，經職提供試驗報告後，已無疑慮，但章工程師希望永光可以提高彩色系的防霉能力(優於目前市面上其他品牌染料)。鄭主任表示防霉劑添加濃度提升有法規與環保相關問題須考量。職表示彩色系部分使用濃度較低，對防霉效果是否有影響，須試驗確認，請吳經理確認哪些染料後再進行 1.4 染料批差問題部份，提供永光檢測資料，並於和韵實驗室實際檢測，發現和韵提供檢測方式與圖譜有差異，造成數據不合，而批差過大的原因在於和韵化驗室染料保存環境不佳，造成染料吸濕所致。 1.5 K220 與 K320 色光易花、不均染的部份，職向和韵建議不調整酸鹼值且不升溫可以有效改善，章工程師表示認可，但仍希望永光可以提供更均染的染料。 1.6 研發鄭主任表示目前正在開發均染性的染料，預計 9/30 可以提供技服進行測試。 1.7 堅古銅樣品已提供和韵，並於化驗室進行 UV 及染色檢驗，皆符合和韵要求，章工程師表示後續將進行其他特性檢驗，並希望永光可以盡早提供大貨生產。 2.結論： 2.1 由客戶提供訊息得知，大陸、韓國與印度等國家已開始踏入鋁陽極染料市場，並造成市場價位的變化，建議請業務同仁多加了解，以確實掌握競爭對手動向。		
申 請 單 位	廠(處)長：_____ 經(副)理：_____		
董 事 長		總 經 理	

杭州和韵科技有限公司會談重點：

時間：2017/7/3~2017/7/5



地點：杭州市

人員：杭州和韵股份有限公司 顏昌利常務副總、章文筆、秦喜峰

永光：吳振文、鄭敏精、江富誠

會談內容：

和韵問題、回覆及追蹤一覽表			
項次	問題	回覆	追蹤
1	染料容易發霉問題	1.提供實驗報告後，已添加適當使用量，且與外售產品相當。 2.鄭主任回覆考量廢水處理與防黴劑用量規定，若要再提升防霉效果需再確認。	1.和韵希望我司協助改善彩色系因使用量較少導致發霉問題(染料品種以和韵目前採購為主，將由業務提供)。 2.和韵希望永光協尋較為優良防霉效果的故態防霉劑。
2	K220染料批差問題嚴重	1.根據檢測無該問題，確認和韵提供K2205004應為K2205002 2.和韵提供UV圖譜與提供檢測方式濃度換算有誤(差異2倍濃度) 3.和韵保存樣品為一般室內環境，造成染料受潮嚴重，因此造成檢測時批差嚴重的誤解 4.建議建立良好染料保存環境，並降低標準品保存期限(和韵原訂為5年)	無
3	K220、K320色光易花，不均染	1.已提供報告，並建議不調整pH不升溫可解決 2.鄭主任表示不均染現象應是染料分子量較大造成，研發目前正著手開發可改善此一問題染料	鄭主任預計9/30前可完成該染料開發
4	K040升溫染色色光變化大	1.鄭主任表示其為染料結構特性所致 2.職表示若需要淺灰色可使用K010來進行替代	無
5	K520掉點多(流色大)	1.已提供報告，並表示與TAC 203相當 2.鄭主任表示可能是助劑問題，取得TAC 203後將就助劑了解分析	1.請業務索取TAC 203後轉研發分析 2.和韵提供掉點新的測試方式，可供後續分析了解
6	K600較柯萊恩B3L W其QUV特性	已提供報告，品質相當，解除其疑慮	無
7	K620、K210、K200染料析出問題	現場實測K210與K200有如小細砂的析出物	鄭主任表示將與工廠再確認
8	K600與K140互配染色有灰膜生成	現場實作膜厚15 μ m時，確實會生成該一現象，職表示其為K140搭配性較差造成，建議將K140改成K020或是K620	鄭主任取樣K140進行分析了解
9	K130檢測UV時易受pH值影響	1.其為染料特性，同樣在pH 5.5下不會有該問題。 2.和韵表示使用不便，職已建議更改為使用K230	無
10	永光堅古銅染料開發	1.已送樣100g測試 2.現場UV與染色測試完成 3.其他特性和韵表示將自行檢測	期許永光可盡速供貨
11	和韵要求K071調整酸鹼值與TAC 415相當	1.提供實驗報告，目前已完成調配 2.經時試驗持續進行中(已完成兩個月)	無
12	TAC 124應與K140相同但K140特性較	須進一步確認兩者是否相同	鄭主任已取樣分析

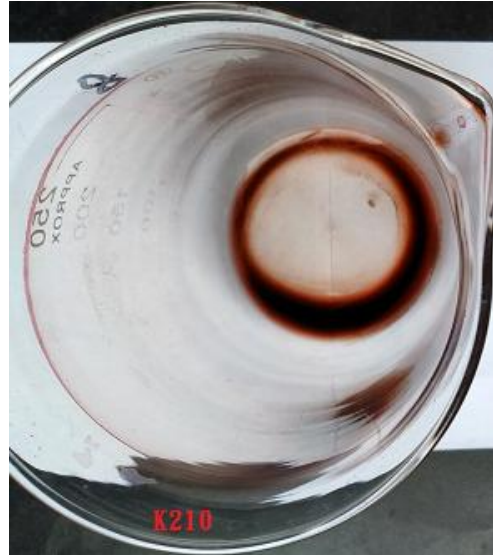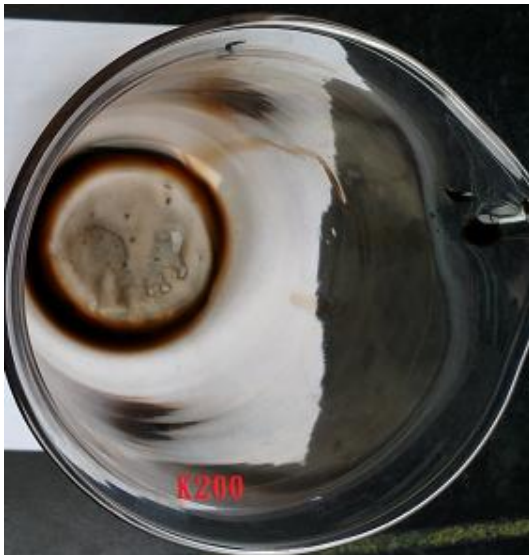

K200&K210 析出狀況



K600 : K140=1:1 表面灰膜狀況

臺染興業有限公司會談重點：

時間：2017/7/6~2017/7/6

地點：崑山

人員：臺染興業有限公司 郭俊宏副總、蕭詩瑩特助

永光：吳振文、鄭敏精、江富誠

會談內容：

1. 郭副總表示臺染目前除黑色染料外，K 金為其主要銷售染料，目前印度為其主要供應商，售價約為美金 7~8 元，希望永光協助開發。
2. 蕭特助表示堅古銅部份目前市面上仍缺貨，但是並非臺染主要銷售染料。
3. 蕭副總表示鑄件部份有彩色系的需求，但是在技術上無法突破，職表示永光染料可以使用在鑄件上，但因鑄件取得不易，目前無法提供樣品。郭副總表示將再審慎思考後再決定是否進行。