

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RPS-027-25	Data abertura: 06/01/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: PROINSP ENGENHARIA	Aplicadora: Própria
Contato: (22) 2771-8313	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/A	
Sector: Metalúrgica	Data de fechamento: 08/01/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Telhas galvanizadas (teste) – Substrato dos projetos Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intempéries e resistência química		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N.I (Não Identificado)		
Tipo de preparo de superfície: Tratamento manual e limpeza		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: REVRAN NVC WST 870 TP		
Cor: VERMELHO ÓXIDO		
Código comp. A: 870HP01.01		
Lote: 2.285.449	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. B: 8703000.04		
Lote: 2.285.451	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Obs.		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Produto / Descrição: REVCHEM NVC DHR 870 GF		
Cor: BRANCO		
Código comp. A: 8702017.01		
Lote: 2.285.731	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. B: 8702018.04		
Lote: 2.285.460	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Obs.		
Produto / Descrição: REVOLUX DLV 994		
Cor: BRANCO		
Código comp. A: 9949100.01		
Lote: 2.285.453	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. B: 8701907.04		
Lote: 2.279.408	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 440.0000		
Lote: N/A	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2027
Obs.		
Produto / Descrição: RETHANE DHG 652		
Cor: CINZA RAL 7035		
Código comp. A: 6520317.01		
Lote: 2.285.452	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. B: 8520500.06		
Lote: 2.283.604	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Obs.		
Produto / Descrição: REVRAN PAA 540		
Cor: VERMELHO ÓXIDO		
Código comp. A: 5400495.01		
Lote: 2.281.228	Fabricação: DEZ/2025	Validade: DEZ/2026
Código comp. B: 8440225.16		
Lote: 2.280.120	Fabricação: NO/2025	Validade: MAI/2025
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 441.0000		
Lote: 2.282.524	Fabricação: NOV/2025	Validade: NOV/2027
Obs.		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 800		
Primer: 350 a 890	Intermediário: N/A	Acabamento: 60
T (°C): 25		
URA: 52		
Equipamento: Airless 100:1 TechnoSpray		
Método de Aplicação: Pistola Airless		
Condições de aplicação: Apropriada		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		

1-OBJETIVO:

Testar e avaliar o desempenho dos produtos com o objetivo de verificar a eficácia quanto ao tempo de secagem e à resistência do filme úmido ao escorrimento (sag) quando aplicados em espessuras elevadas em uma única demão.

2- PARTICIPANTES:

Renner Coatings S.A – Rafael Pains (Assistência técnica)

Renner Coatings S.A – Marcelo Falrene (Comercial)

Proinsp Engenharia – Regis (Inspetor de Pintura)

3- ATIVIDADES REALIZADAS:

Acompanhamento de aplicação, análise de desempenho dos produtos, medição de espessura úmida e seca e teste de aderência pelo método corte em X

4- COMENTÁRIOS:**1ª aplicação – Revran NVC WST 870 HP N-2680, BT E-390**

Após verificação das condições climáticas e a homogeneização com agitador pneumático, o produto foi aplicado sem diluição, com espessura de filme úmido (WFT) média entre 475 a 500 µm, resultando em espessura de filme seco (DFT) média entre 450 e 475 µm.

O ensaio de aderência apresentou resultado X0Y0, sendo classificado como excelente para o esquema de pintura proposto.

Destaque: Foi aplicado em uma única demão, em superfície vertical, sem apresentar qualquer indício de início de escorrimento (sag), resultando em um filme uniforme e regular, o produto demonstrou secagem eficiente, atendendo ao tempo de repintura especificado no boletim técnico

2ª aplicação – Revchem NVC DHR 870 GF N-2912 Tipo III, BT E-287

Após a verificação das condições climáticas e a homogeneização com agitador pneumático, o produto foi aplicado sem diluição, com espessura de filme úmido (WFT) média entre 800 e 900 µm, resultando em espessura de filme seco (DFT) média entre 800 e 890 µm.

O ensaio de aderência apresentou resultado X0Y0, sendo este ensaio realizado apenas para verificação superficial. O cliente foi informado de que o ensaio indicado para avaliação completa da aderência é o teste de aderência por tração.

Destaque: A aplicação em demão única acima de 800 µm, conforme solicitação do cliente, apresentou excelente desempenho, sendo indicada alternativamente a aplicação em duas demãos de 400 µm (wet-on-wet), com secagem ao toque de 3 horas e liberação em até 48 horas.

3ª aplicação – Revolux DLV 994 – N-2943 anexo G, BT 2200

Após verificação das condições climáticas e a homogeneização com agitador pneumático, o produto foi aplicado com diluição de 5%, com espessura de filme úmido (WFT) média entre 350 e 425 μm , resultando em espessura de filme seco (DFT) média entre 450 e 475 μm .

O ensaio de aderência apresentou resultado X0Y0, sendo classificado como excelente para o esquema de pintura proposto.

Destaque: Produto a base de poliaspártico e dupla função.

4ª aplicação – Revran PAA 540 – N-2198, BT 0532

Após verificação das condições climáticas e homogeneização com agitador manual, tempo de indução de 15 minutos, o produto foi aplicado com diluição 5%, apresentando WFT de 80–100 μm e DFT de 21–25 μm . O ensaio de aderência apresentou resultado X0Y0, utilizado apenas para verificação superficial, sendo o ensaio de corte em grade o método indicado.

Destaque: O produto demonstrou excelente desempenho de secagem e aderência.

5ª aplicação – Rethane DHG 652 BT 0852

Após verificação das condições climáticas e homogeneização com agitador manual, tempo de indução de 15 minutos, o produto foi aplicado sem diluição, apresentando WFT de 100–125 μm e DFT de 60–70 μm . O ensaio de aderência apresentou resultado X0Y0, sendo classificado como excelente para o esquema de pintura proposto.

Destaque: O produto demonstrou excelente desempenho de secagem, aderência e Brilho.

Observação: Os ensaios foram realizados em painéis de telhas galvanizadas posicionados na vertical, apresentando leves imperfeições, os quais não representam integralmente as superfícies reais do projeto. Conforme previamente alinhado com o cliente, a avaliação teve como foco a secagem eficiente e a aplicação em alta espessura sem ocorrência de escorrimento, critérios plenamente atendidos.

5- CONCLUSÃO:

Os ensaios demonstraram que os produtos apresentam elevado desempenho em aplicações de alta espessura, com boa aplicação, aderência consistente e eficiência de secagem, atendendo aos tempos de repintura especificados em boletim técnico, com resultados evidenciados e aprovados pelo cliente em campo.

Diante dos resultados positivos, recomenda-se a avaliação final de custo-benefício em conjunto entre as áreas comercial e cliente, visando a definição da solução mais adequada, mantendo o padrão técnico e a eficiência operacional observados.

6- Evidências fotográficas:


Preparação da Superfície e dos Produtos



Revran NVC WST 870 HP N-2680




Revchem NVC DHR 870 GF

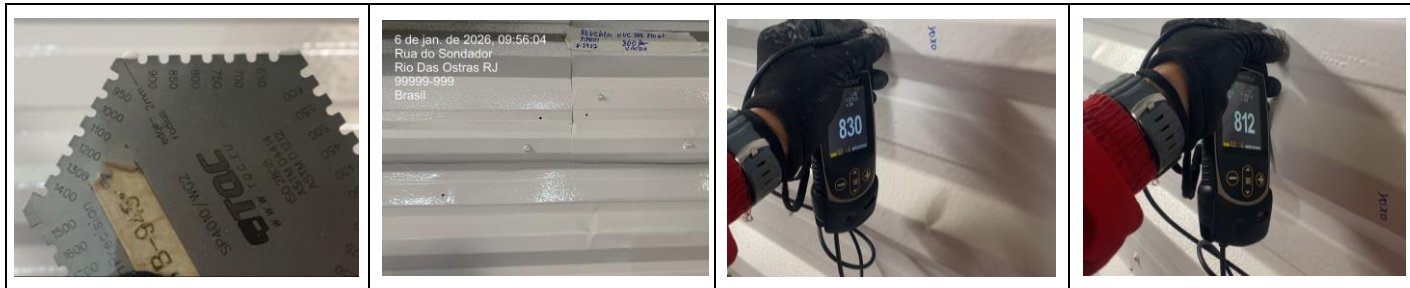

Revolux DLV 994



Revran PAA 540

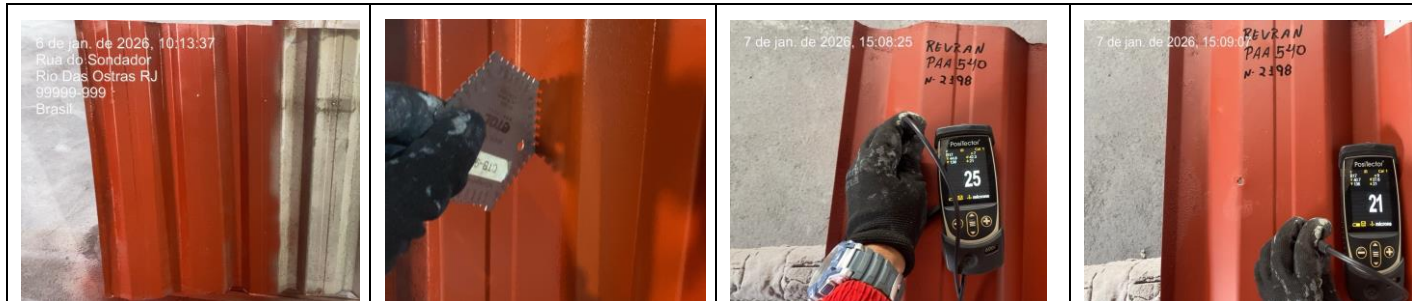

Rethane DHG 652



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT E-390, BT E-287, BT 2200, BT 0532, BT 0852

ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003 e ABNT NBR 14847.

Rafael Pains de Souza

Rafael Pains de Souza

Assistência Técnica



Renner Hermann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

Tel.: +55 41 3341-3400

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br