

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: RPS-008-26	Data abertura: 24/02/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Hades Oilfield Products	Aplicadora: Própria
Contato:	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/A	
Sector: Metalúrgica	Data de fechamento: 24/02/2026
Segmento: ☐ Powder	☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono – Containers		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intempéries		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/I		
Tipo de preparo de superfície: Tratamento manual		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: RETHANE ELT 930 ST		
Cor: BRANCO (RES)		
Código comp. A: 930ST01.01		
Lote: 2.293.0037	Fabricação: FEV/2026	Validade: FEV/2027
Código comp. B: 930CB60.04		
Lote: 2.293.039	Fabricação: FEV/2026	Validade: FEV/2027
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Obs.		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 2030 (2,03mm)		
Primer: 2000 (2,03mm)	Intermediário: N/A	Acabamento: N/A
T (°C): 30		
URA: 50		
Equipamento: manual		
Método de Aplicação: Trincha		
Condições de aplicação: Apropriada		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Teste de aplicação do Poliuretano Elastomérico com a finalidade de preservação da empunhadura da alavanca do varão de travamento.		
2- PARTICIPANTES: Renner Coatings S.A – Rafael Pains (Assistência técnica) Renner Coatings S.A – Marcelo Falrene (Comercial) Hades- Tiago Prates/ Wallace José		
3- ATIVIDADES REALIZADAS: Proporção de mistura em peso, homogeneização, aplicação e medição de espessura úmida e seca.		

4- COMENTÁRIOS:

Realizou-se a homogeneização mecânica dos componentes A e B separadamente.

Após a etapa de proporção de mistura, foi efetuada a homogeneização manual do conjunto, de forma uniforme.

A proporção utilizada foi 100/ 32, resultando em um pot life de 15 minutos, sem necessidade de tempo de indução.

A aplicação foi realizada diretamente sobre a superfície galvanizada, tratada com lixamento leve lixa grão 220, garantindo a funcionalidade do sistema de encapsulamento conforme boletim técnico, com espessura úmida (WFT) entre 1850 µm e 2050 µm.

Por se tratar de um produto de reação química de secagem rápida, recomenda-se que a proporção de mistura seja preparada em pequenas dosagens, evitando perdas por gelificação antecipada.

A equipe de aplicação foi orientada quanto à proporção de mistura em peso, utilizando A = 100 g para B = 32 g na versão ST.

A medição deve ser realizada com o auxílio de uma balança, efetuando previamente a tara com o pote dosador, lata ou vasilhame.

Em seguida, procede-se a pesagem do componente A e, posteriormente, do componente B, sempre separadamente, garantindo precisão na proporção de mistura.


5- CONCLUSÃO:

O produto apresentou excelente desempenho no teste, com tempo de tack free de 3 horas.

O RETHANE ELT 930 é um sistema de poliuretano elastomérico bicomponente e de alta performance, destinado à proteção de superfícies, impermeabilização e contenção de diversos produtos.

Forma uma película de alta espessura, aplicada em uma ou mais camadas, com excelente retenção de borda e sem escorrimento. É isento de solventes e apresenta excelente barreira anticorrosiva, mantendo suas propriedades ao longo do tempo.

6- Evidências fotográficas:

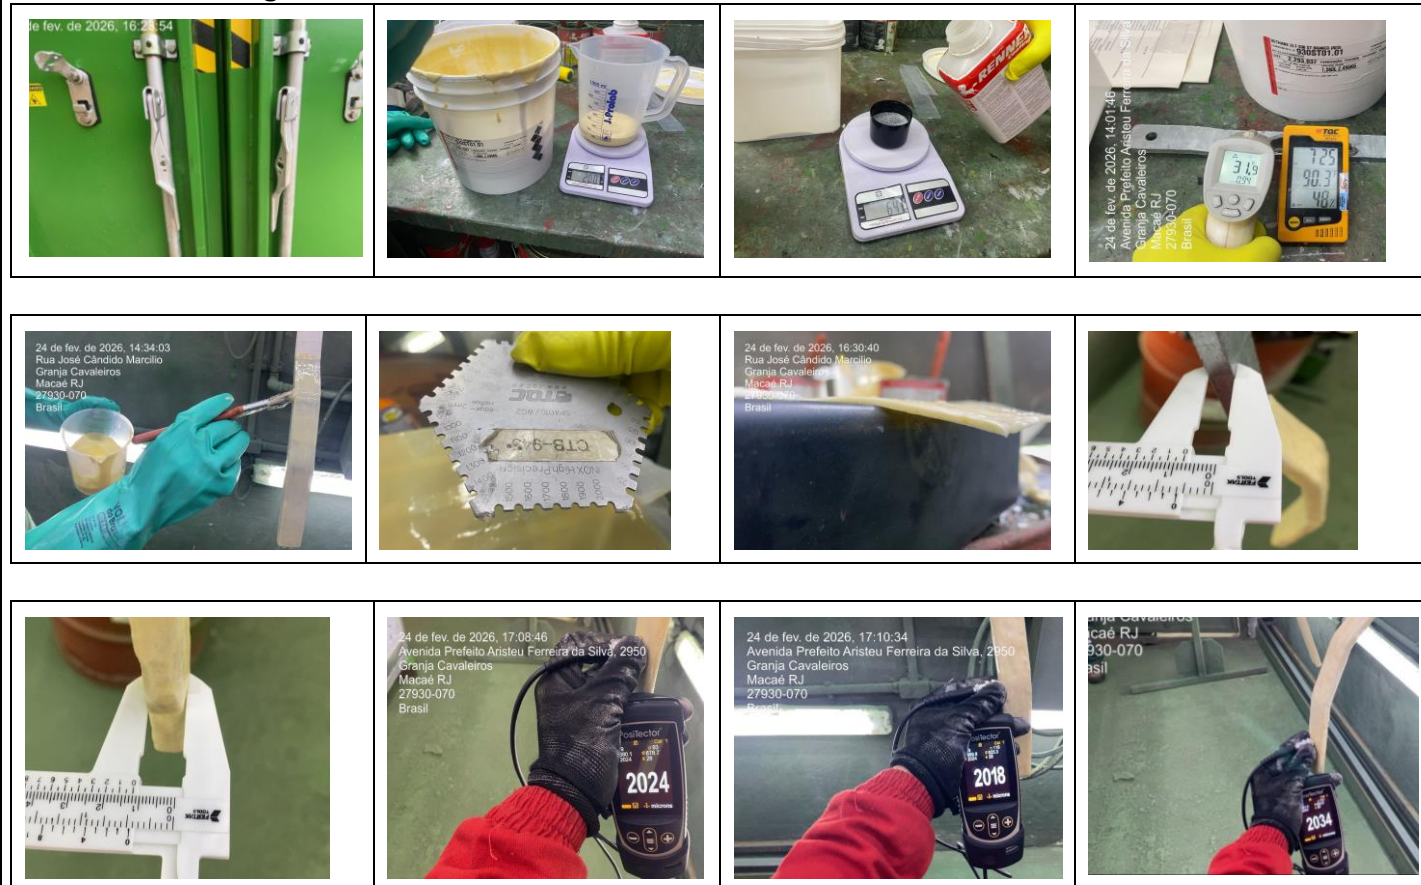

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT RF065

Rafael Pains de Souza
Rafael Pains de Souza
Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 41 3341-3400
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br