


MARLIN 3D レーザーシリーズ 加工事例

超硬加工1

外観

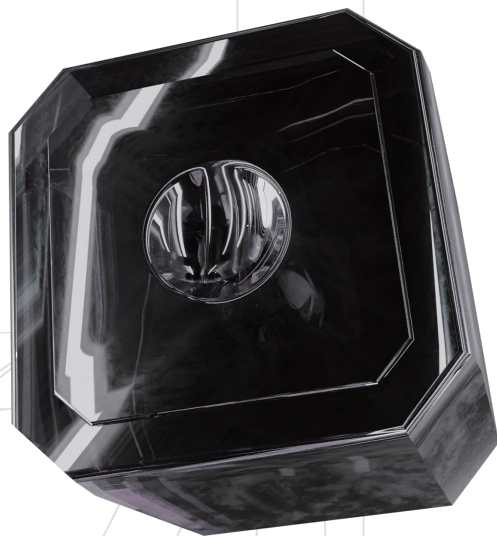

加工部品

被削材	超硬合金 (Co10%)
硬度	88HRA相当
サイズ	20 x 20 x 20.5 mm

設備

使用設備	Kern Micro HD
ホルダ	HSK-E 40 RegoFix
クーラント	Oil

使用工具

9911.0400.150.160G

9911.0400.020.160M

966P.T42.0600.005.050

966P.T28.0400.005.050

COMING SOON 962P.B2.0100.050.013

加工データ

工程No	加工内容	使用工具	回転数	送り速度	ae	ap
01	粗くぼみ形状加工	9911.0400.150.160G	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	4.000 mm	0.030 mm
02	粗側面加工	9911.0400.020.160M	40,000 min ⁻¹	1200 mm/min	0.015 mm	0.020 mm
03	外周輪郭加工	9911.0400.020.160M	40,000 min ⁻¹	1200 mm/min	0.700 mm	0.030 mm
04	仕上げ輪郭加工	966P.T42.0600.005.050	13,000 min ⁻¹	600 mm/min	2.500 mm	0.010 mm
05	仕上げ上面加工	966P.T42.0600.005.050	13,000 min ⁻¹	600 mm/min	0.200 mm	0.005 mm
06	仕上げ側面加工	966P.T28.0400.005.050	13,000 min ⁻¹	600 mm/min	2.250 mm	0.005 mm
COMING SOON 07	くぼみ形状加工	962P.B2.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.100 mm	0.050 mm
COMING SOON 08	くぼみ中仕上げ加工	962P.B2.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.020 mm	0.020 mm
COMING SOON 09	くぼみ仕上げ加工	962P.B2.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.020 mm	0.020 mm
COMING SOON 10	球面仕上げ加工	962P.B2.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.020 mm	0.020 mm

加工時間を大幅短縮、超硬合金の高効率加工を実現

従来工法



加工時間

59分

Ra : 0.098μm

Ra : 0.080μm

Ra : 0.040μm

Ra : 0.110μm

加工時間

37分

MARLIN 3Dによる
高能率高品位加工

Ra : 0.098μm

Ra : 0.010μm

Ra : 0.015μm

Ra : 0.025μm

