

超硬加工2

外観



加工部品

被削材	超硬合金 (Co12%)
硬 度	88HRA相当
サ イ ズ	25 x 15 x 25 mm

設 備

使用設備	iQ300
ホ ル ダ	HSK-E 32
クーラント	Oil

使用工具


9911.0200.020.080M
966P.T14.0200.005.020
966P.T42.0600.005.050
962P.B6.0100.050.013
9911.0600.200.240G

COMING
SOON

加工データ

工程No	加工内容	使用工具	回転数	送り速度	ae	ap
01	粗平面加工	9911.0200.020.080M	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	0.600 mm	0.040 mm
02	粗R形状加工	9911.0200.020.080M	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	0.020 mm	0.020 mm
03	粗溝形状加工	9911.0200.020.080M	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	2.000 mm	0.020 mm
04	仕上げ側面加工	962P.B6.0100.050.013	40,000 min ⁻¹	1200 mm/min	0.030 mm	0.020 mm
05	仕上げ溝形状加工	9911.0600.200.240G	40,000 min ⁻¹	500 mm/min	0.030 mm	0.020 mm
06	仕上げデッキ面加工	966P.T42.0600.005.050	10,000 min ⁻¹	800 mm/min	0.050 mm	0.030 mm
07	仕上げ底面加工	966P.T14.0200.005.020	30,000 min ⁻¹	400 mm/min	0.030 mm	0.020 mm

測定結果 面粗さデータ

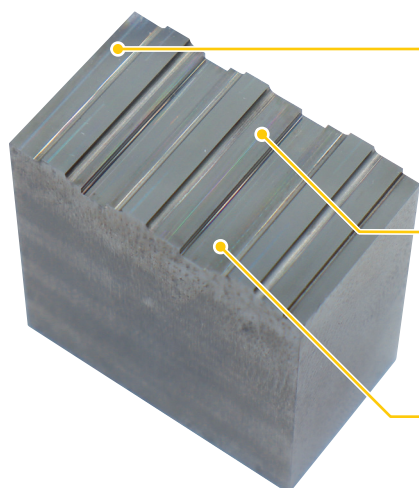

Rz : 0.141μm
Ra : 0.010μm

Rz : 0.151μm
Ra : 0.012μm

Rz : 0.095μm
Ra : 0.010μm