


セラミック加工1 ジルコニウムキューブ

外観

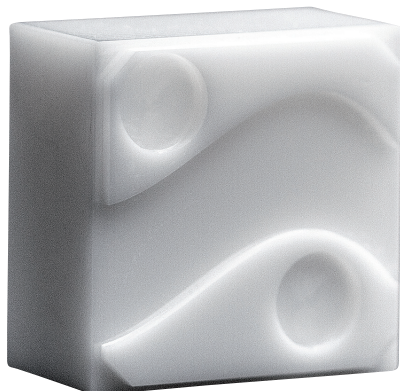

加工部品

被削材	ジルコニア
硬度	85HRA相当
サイズ	25 x 25 x 15 mm
設備	
使用設備	Kern Micro HD
ホルダ	HSK-E 40 RegoFix
クーラント	Oil
使用工具	
966P.T28.0400.005.050	
971P.0130.05	

加工データ

工程No	加工内容	使用工具	回転数	送り速度	ae	ap
01	上面形状加工	966P.T28.0400.005.050	19,496 min ⁻¹	437 mm/min	2.000 mm	0.050 mm
02	外周輪郭加工	966P.T28.0400.005.050	19,496 min ⁻¹	437 mm/min	0.100 mm	1.000 mm
03	穴部加工	966P.T28.0400.005.050	19,496 min ⁻¹	437 mm/min	4.000 mm	0.030 mm
04	溝部トロコイド加工	966P.T28.0400.005.050	19,496 min ⁻¹	437 mm/min	0.100 mm	1.000 mm

高硬度セラミック加工で優れた耐摩耗性を実現

全行程(23分の粗加工と仕上げ加工後の刃先)



優れた面品位を実現



加工動画



<https://www.youtube.com/watch?v=iHaqraRGHYs>