

MARLIN 3D レーザーシリーズ 加工事例

セラミック加工2 セラミックフローセル

外観



加工データ

工程No	加工内容	使用工具	回転数	送り速度	ae	ap
01	粗外周輪郭加工	9910.0400.050.160M	38,000 min ⁻¹	1000 mm/min	0.050 mm	5.500 mm
02	仕上げ輪郭ステップ加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.030 mm	0.100 mm
03	仕上げ外周輪郭加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.050 mm	1.000 mm
04	粗ポケット加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.050 mm	1.000 mm
05	仕上げポケット加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.020 mm	0.020 mm
06	仕上げポケット輪郭加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.020 mm	1.000 mm
07	穴あけ加工	971P.0200.05	5,000 min ⁻¹	15 mm/min	-	-
08	粗シール溝加工	962P.T5.0100.010.008	31,831 min ⁻¹	255 mm/min	1.000 mm	0.020 mm
09	仕上げシール溝加工	962P.T5.0100.010.008	31,831 min ⁻¹	450 mm/min	0.010 mm	0.500 mm
10	粗ヘリカル溝(流路溝)加工	962.B6.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.100 mm	0.050 mm
11	仕上げヘリカル溝(流路溝)加工	962.B6.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.020 mm	0.020 mm


COMING
SOON

COMING
SOON


高硬度セラミック加工で優れた耐摩耗性を実現

使用前

966P.T28.0400.005.050

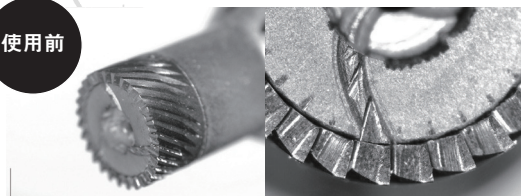


使用后

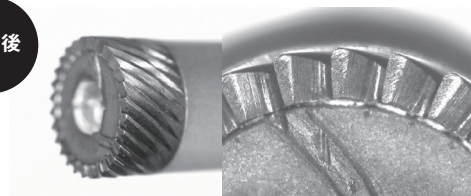


使用前

971P.0200.05

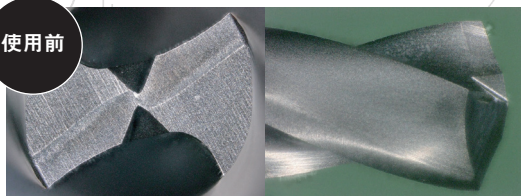


使用后

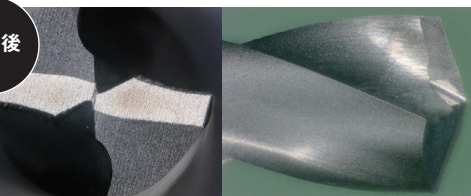

使用前

962P.T5.0100.010.008

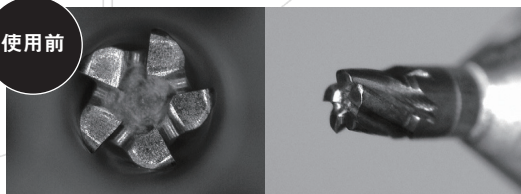

使用后

