


MARLIN 3D レーザーシリーズ 加工事例

セラミック加工3 マイクロインプラント

外観

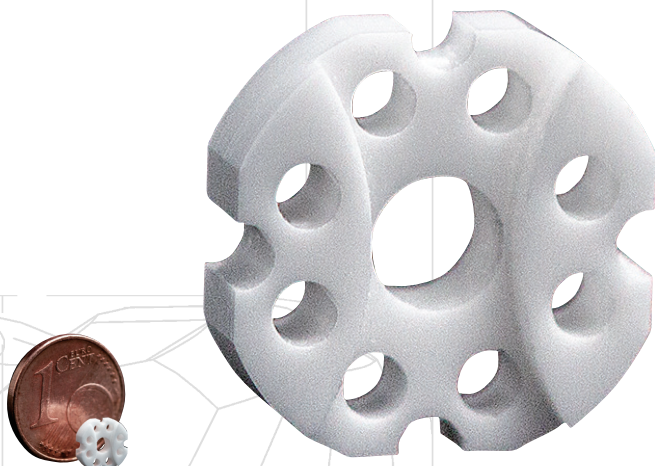

加工データ

工程No	加工内容	使用工具	回転数	送り速度	ae	ap
01	粗上面形状加工	9910.0400.050.160M	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	0.030 mm	~3.000 mm
02	穴あけ(深さ2mm)	971P.0200.05	4,800 min ⁻¹	5 mm/min	-	2.500 mm
03	穴あけ(深さ0.97mm)	971P.0097 (Special tool)	9,500 min ⁻¹	8 mm/min	-	2.200 mm
04	仕上げ面形状加工	966P.T21.0300.005.030	19,000 min ⁻¹	400 mm/min	0.100 mm	0.050 mm
05	粗外周輪郭加工	9910.0400.050.160M	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	0.030 mm	2.700 mm
06	粗面取り部加工	9910.0400.050.160M	40,000 min ⁻¹	800 mm/min	0.030 mm	2.700 mm
07	仕上げ外周輪郭加工	966P.T21.0300.005.030	19,000 min ⁻¹	400 mm/min	0.010 mm	0.700 mm
08	粗トロコイド加工	9910.0200.020.080M	43,000 min ⁻¹	500 mm/min	0.020 mm	0.500 mm
09	仕上げ内径側面ステップ面加工	962P.T5.0150 (Special tool)	38,000 min ⁻¹	200 mm/min	0.050 mm	0.020 mm
10	仕上げ内径ベース面ステップ加工	962P.T5.0150 (Special tool)	38,000 min ⁻¹	200 mm/min	0.050 mm	0.020 mm
11	仕上げ面取りエッジ加工	D1,4 Chamfer Tool 90° (Special tool)	15,000 min ⁻¹	200 mm/min	0.050 mm	0.050 mm

加工部品

被削材	ジルコニア
硬度	90HRA相当
サイズ	D6 x 2 mm


設備

使用設備	iQ500
ホルダ	HSK-E 40 RegoFix
クーラント	Oil

使用工具

9910.0400.050.160M
 971P.0200.05
 971P.0097 (Special tool)
 966P.T21.0300.005.030
 9910.0400.050.160M
 9910.0200.020.080M
 962P.T5.0150 (Special tool)
 D1,4 Chamfer Tool 90° (Special tool)

加工動画

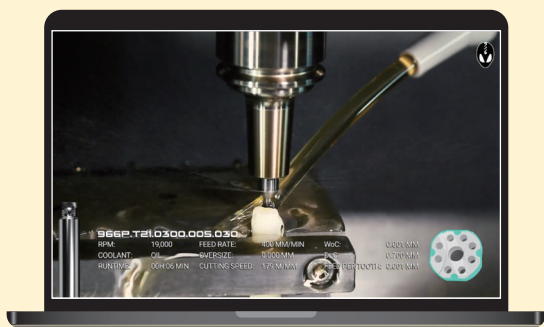

<https://m.youtube.com/watch?v=9tb94ipyE2Y&feature=youtu.be>