




KOE: AKK1
 PVM: 21.1.1994
 MATERIAALI: SEOS-130KR2
 PAINE: 20,3 bar TOT
 14,3 bar H2O
 6,0 bar O2
 LÄMPÖTILA: 200 °C

min	Kiintoaine					Liuos				
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l
0	158,6	3,53	6,30	32,70	18,99	1100	0	0	0	0
0	153,6	3,53	6,30	32,70	18,94	1065	1,4	0,7	0,0	72,0
15	84,0	0,24	1,07	43,20	2,39	1024	5 626	6 114	3 499	19 812
30	76,8	0,19	0,14	45,60	0,60	990	5 632	7 295	2 617	21 507
60	75,2	0,14	0,05	46,10	0,53	953	5 785	7 241	1 728	21 711
180	73,0	0,10	0,04	47,30	0,81	915	6 316	7 349	1 205	22 337
Ripe	16,4	5,00	7,78	22,40	20,20					

min	pH	Saanti ka:n mukaan				Saanti liuoksen mukaan			
		Ni %	Cu %	Fe %	S %	Ni %	Cu %	Fe %	S %
0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	5,78	3,2	3,2		3,4	0,0	0,0	0,0	0,3
15	0,56	96,4	91,0		93,3	110,5	67,3	7,4	72,4
30	0,47	97,4	98,9		98,5	110,6	80,3	5,6	78,5
60	0,39	98,1	99,6		98,7	113,6	79,7	3,7	79,3
120	0,34	98,7	99,7		98,0	124,1	80,9	2,6	81,6
Ripe		14,6	12,8	7,1	11,0				

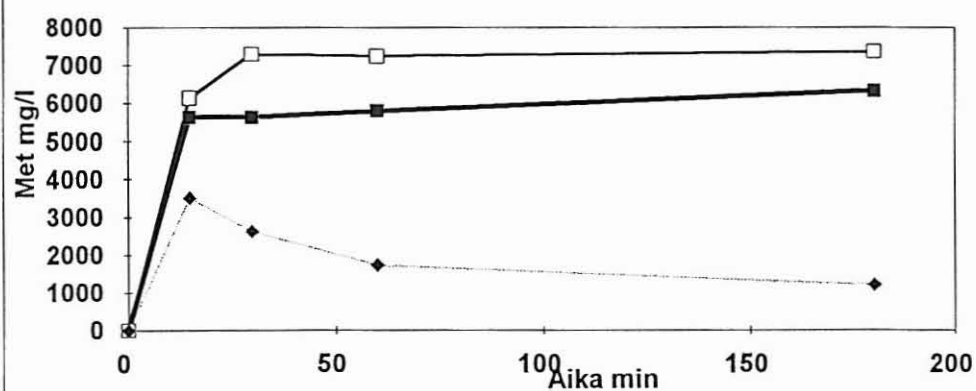




KOE: AKK2
 PVM: 3.2.1994
 MATERIAALI: SEOS-130KR2
 PAINE: 12,8 bar TOT
 6,8 bar H2O
 6,0 bar O2
 LÄMPÖTILA: 170 °C

min	Kiintoaine					Liuos				
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l
0	158,6	3,51	6,20	31,51	24,58	1100	0	0	0	0
0	150,3	3,50	6,20	31,50	22,50	1042	15	1	14	3 003
15	81,1	0,47	0,83	43,70	2,05	1008	1 446	29	234	8 509
30	77,6	0,22	0,28	44,60	0,81	983	1 781	107	213	8 486
60	76,5	0,17	0,17	44,80	1,41	956	2 166	295	311	9 495
120	76,7	0,14	0,14	44,10	0,88	921	2 712	659	643	15 105
180	78,8	0,23	0,65	44,20	1,09	888	3 414	1 660	1 624	17 317
Ripe	30,0	3,50	9,40	22,10	19,00					

min	pH	Saanti ka:n mukaan				Saanti liuoksen mukaan				
		Ni %	Cu %	Fe %	S %		Ni %	Cu %	Fe %	S %
0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
0	5,86	5,5	5,3		13,3		0,3	0,0	0,0	8,5
15	1,06	93,2	93,2		95,7		28,6	0,3	0,5	24,0
30	0,83	96,9	97,8		98,4		35,2	1,2	0,5	23,9
60	0,65	97,7	98,7		97,2		42,8	3,3	0,7	26,8
120	0,54	98,1	98,9		98,3		53,6	7,4	1,4	42,6
180	0,42	96,7	94,8		97,8		67,5	18,6	3,6	48,9
Ripe		18,9	28,7	13,3	14,6					

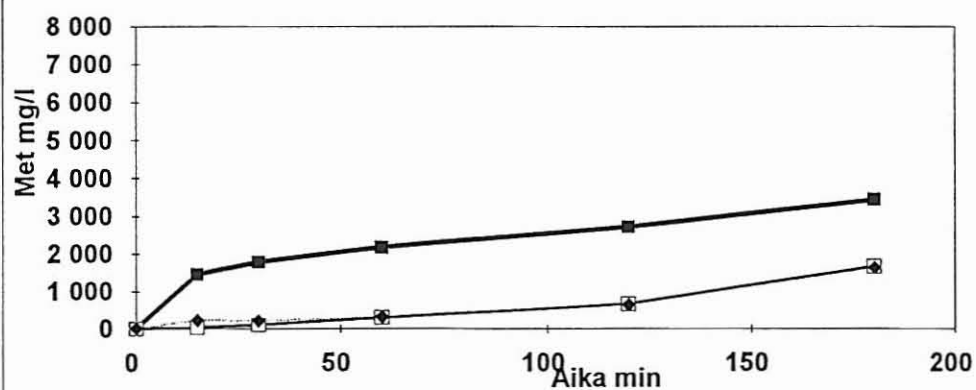




KOE: AKK3
 PVM: 7.2.1994
 MATERIAALI: SEOS-130KR2
 PAINE: 8,6 bar TOT
 2,6 bar H2O
 6,0 bar O2
 LÄMPÖTILA: 140 °C

min	Kiintoaine					Liuos				
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l
0	159,0	3,71	6,60	31,39	22,91	1100	0	0	0	0
0	153,1	3,70	6,60	31,30	22,70	1056	7,3	4,0	136,4	306
15	123,4	2,36	3,20	32,90	8,15	1014	527,0	13,3	1084,0	1 956
30	90,6	1,12	0,44	38,60	2,30	983	847,0	23,3	147,3	2 578
60	84,2	0,69	0,28	40,60	1,55	954	1183,0	38,6	67,3	3 245
180	80,0	0,21	0,11	41,40	0,62	924	1638,0	116,1	63,6	4 417
Ripe	17,0	3,30	7,50	26,00	15,80					

min	pH	Saanti ka:n mukaan				Saanti liuoksen mukaan			
		Ni %	Cu %	Fe %	S %	Ni %	Cu %	Fe %	S %
0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	4,30	3,8	3,7		4,6	0,1	0,0	0,3	0,9
15	1,56	50,5	62,4		72,4	9,8	0,1	2,4	5,9
30	1,41	82,8	96,2		94,3	15,8	0,2	0,3	7,8
60	1,36	90,1	97,8		96,4	22,1	0,4	0,1	9,8
120	1,23	97,1	99,2		98,6	30,6	1,2	0,1	13,3
Ripe		9,5	12,1	8,9	7,4				

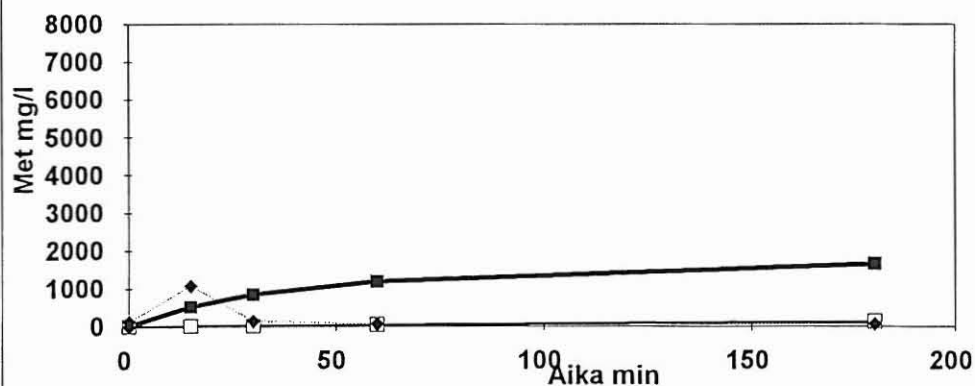




KOE: AKK4
 PVM: 28.3.1994
 MATERIAALI: SEOS-130KR2
 PAINE: 12,8 bar TOT
 6,8 bar H2O
 6,0 bar O2
 LÄMPÖTILA: 170 °C

min	Kiintoaine					Liuos				
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l
0	158,7	2,75	4,80	31,95	21,84	1100	0	0	0	0
0	153,3	2,75	4,80	31,95	21,80	1063	0,2	0,0	2,2	64
15	117,6	1,81	4,40	39,60	8,46	1018	1580,0	145,0	1225,0	7 584
30	99,0	0,93	3,40	44,51	5,45	981	2397,0	413,0	643,0	10 231
60	98,9	0,64	3,20	43,40	4,18	937	2873,0	946,0	1089,0	13 559
120	91,9	0,28	2,10	43,97	2,57	888	3662,0	3357,0	2543,0	18 883
180	84,8	0,10	1,05	45,30	1,54	838	3957,0	5503,0	3287,0	21 337
Loppu	52,7	0,16	0,80	38,95	1,83					
Huuht.	23,5	3,90	9,50	29,30	23,60	4 515	120,3	36,2	284,0	328,0

min	pH	Saanti ka:n mukaan				Saanti liuoksen mukaan			
		Ni %	Cu %	Fe %	S %		Ni %	Cu %	Fe %
0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
0	4,26	3,4	3,4		3,6		0,0	0,0	0,0
15	1,04	51,2	32,1		71,3		39,8	2,1	2,7
30	0,84	78,9	55,8		84,4		60,4	6,0	1,4
60	0,69	85,4	58,4		88,1		72,4	13,7	2,4
120	0,62	94,1	74,7		93,2		92,3	48,5	5,5
180	0,54	98,0	88,3		96,2		99,7	79,5	7,1
Loppu		1,9	5,5	40,5	2,8				
Huuht.		21,0	29,3	13,6	16,0		12,4	2,1	2,5

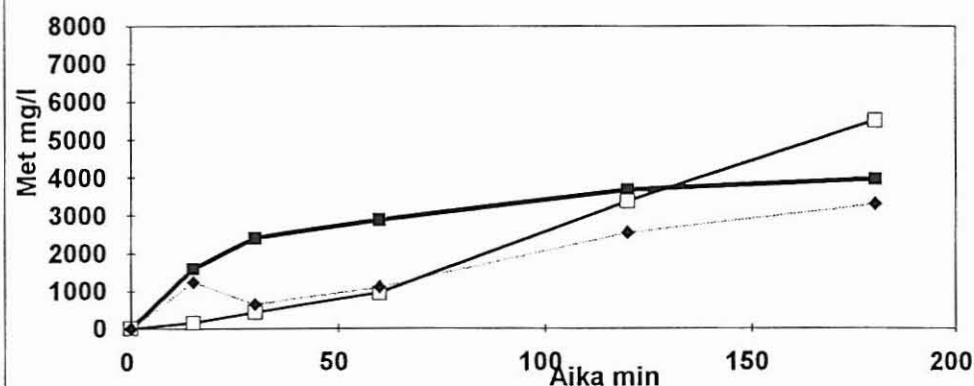




KOE: AKK5
 PVM: 29.3.1994
 MATERIAALI: SEOS-130KR2
 PAINE: 8,6 bar TOT
 2,6 bar H2O
 6,0 bar O2
 LÄMPÖTILA: 140 °C

min	Kiintoaine					Liuos				
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l
0	158,7	3,70	6,00	34,22	23,87	1100	0	0	0	0
0	152,4	3,70	6,00	34,20	23,80	1056	0,6	0,7	24,8	94
15	116,6	2,30	3,20	38,50	7,27	1008	519,0	11,1	898,0	2 177
30	96,0	0,81	0,64	40,48	1,87	975	988,0	33,6	124,0	2 892
60	89,0	0,40	0,35	42,00	1,06	936	1286,0	41,5	69,0	3 464
180	86,4	0,21	0,18	42,81	0,68	901	1661,0	164,6	58,0	4 451
Loppu	90,3	5,20	11,80	23,43	35,00					
Huuht.	23,2	3,80	9,60	27,40	22,90	4 575	93,2	9,8	153,7	157,2


min	pH	Saanti ka:n mukaan				Saanti liuoksen mukaan				
		Ni %	Cu %	Fe %	S %		Ni %	Cu %	Fe %	S %
0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
0	3,67	4,0	4,0		4,2		0,0	0,0	0,1	0,3
15	1,48	54,3	60,8		77,6		9,7	0,1	1,8	6,3
30	1,42	86,8	93,6		95,3		18,5	0,4	0,3	8,4
60	1,38	93,9	96,7		97,5		24,1	0,5	0,1	10,1
180	1,26	96,9	98,3		98,4		31,1	1,9	0,1	12,9
Loppu		80,0	111,9	39,0	83,4					
Huuht.		15,0	23,4	11,7	14,0		7,3	0,5	1,3	1,9

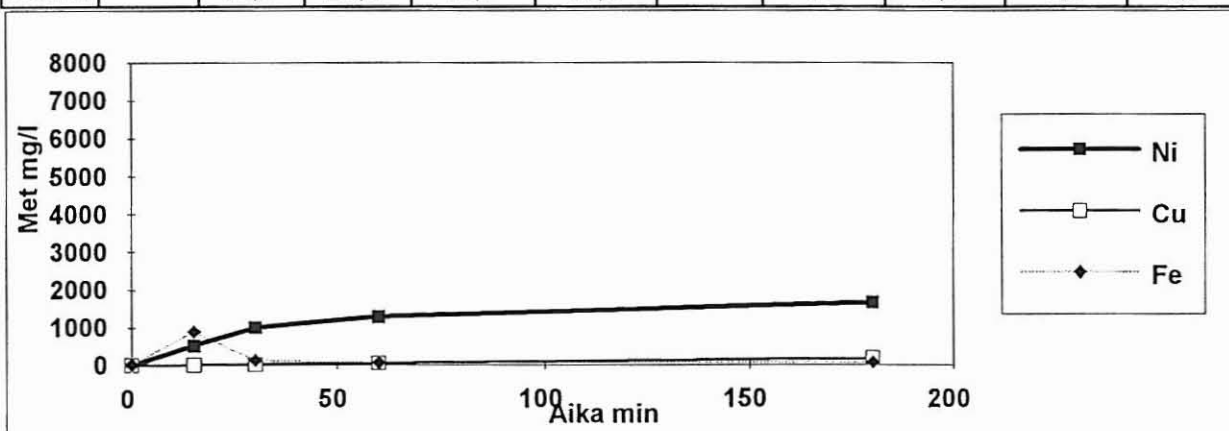



KOE: AKK1
PVM: 21.1.1994
MATERIAALI: SEOS-130KR2
PAINE: 20,3 bar TOT
14,3 bar H2O
6,0 bar O2
LÄMPÖTILA: 200 °C


min	Kiintoaine					Liuos					Liuotuksen saanti			
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l	Ni %	Cu %	Fe %	S %
0	158,6	3,53	6,30	32,70	18,99	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
0	158,6	3,53	6,30	32,70	18,94		1,4	0,7	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,3
15	111,1	0,24	1,07	43,20	2,39		5 626	6 114	3 499	19 812	95,2	88,1	7,4	91,2
30	107,4	0,19	0,14	45,60	0,60		5 632	7 295	2 617	21 507	96,4	98,5	5,6	97,9
60	108,4	0,14	0,05	46,10	0,53		5 785	7 241	1 728	21 711	97,3	99,5	3,7	98,1
180	106,8	0,10	0,04	47,30	0,81		6 316	7 349	1 205	22 337	98,1	99,6	2,6	97,1

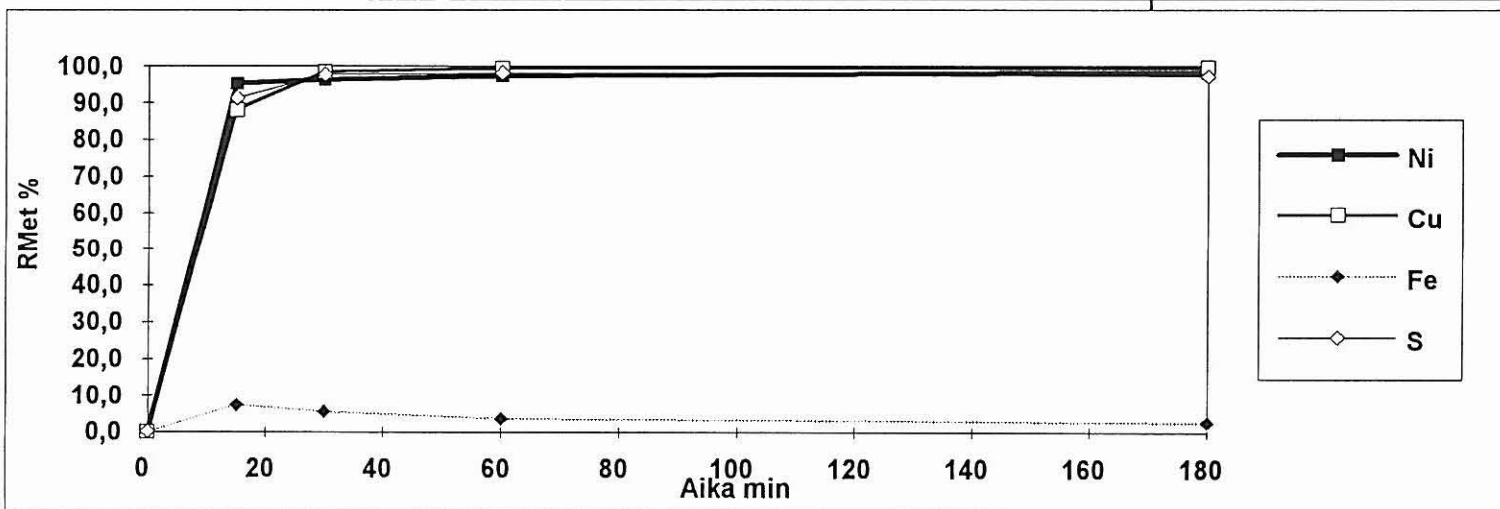



KOE: AKK2
PVM: 3.2.1994
MATERIAALI: SEOS-130KR2
PAINE: 12,8 bar TOT
6,8 bar H2O
6,0 bar O2
LÄMPÖTILA: 170 °C


min	Kiintoaine					Liuos					Liuotuksen saanti			
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l	Ni %	Cu %	Fe %	S %
0	158,6	3,51	6,20	31,51	24,58	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
0	158,6	3,50	6,20	31,50	22,50		15	1	14	3 003	0,3	0,0	0,0	8,5
15	113,8	0,47	0,83	43,70	2,05		1 446	29	234	8 509	90,4	90,4	0,5	94,0
30	111,5	0,22	0,28	44,60	0,81		1 781	107	213	8 486	95,6	96,8	0,5	97,7
60	110,8	0,17	0,17	44,80	1,41		2 166	295	311	9 495	96,6	98,1	0,7	96,0
120	111,7	0,14	0,14	44,10	0,88		2 712	659	643	15 105	97,2	98,4	1,4	97,5
180	109,0	0,23	0,65	44,20	1,09		3 414	1 660	1 624	17 317	95,5	92,8	3,6	97,0

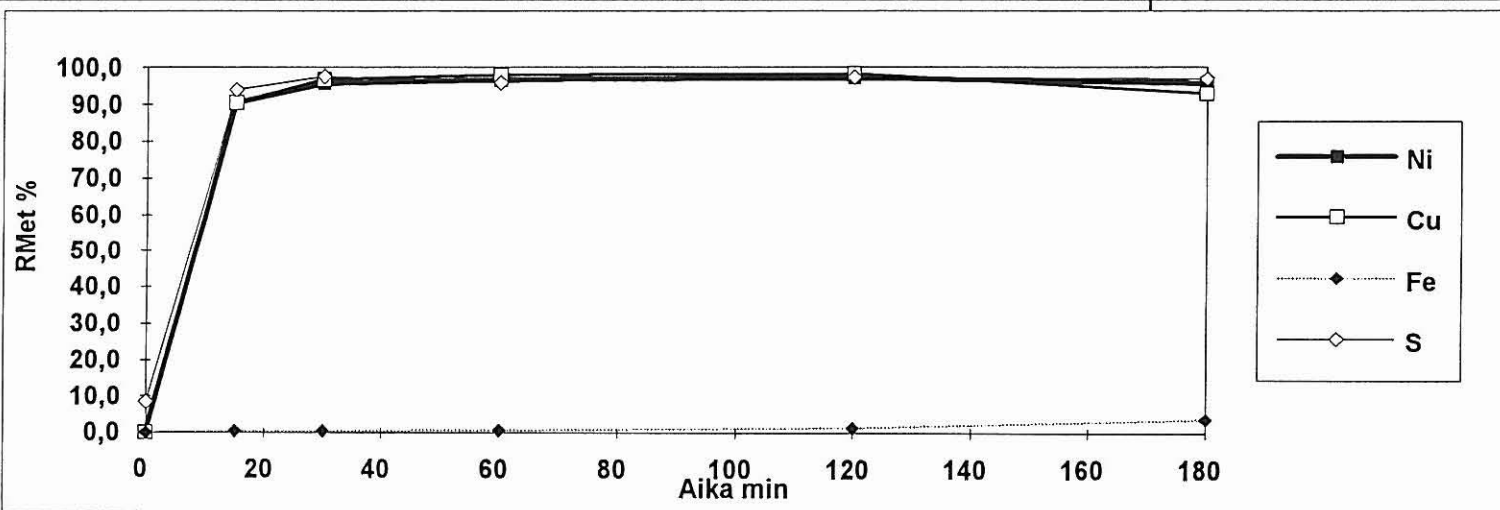



KOE: AKK3
PVM: 7.2.1994
MATERIAALI: SEOS-130KR2
PAINE: 8,6 bar TOT
2,6 bar H2O
6,0 bar O2
LÄMPÖTILA: 140 °C


min	Kiintoaine					Liuos					Liuotuksen saanti			
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l	Ni %	Cu %	Fe %	S %
0	159,0	3,71	6,60	31,39	22,91	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
0	159,0	3,70	6,60	31,30	22,70		7,3	4,0	136,4	306	0,1	0,0	0,3	0,9
15	148,1	2,36	3,20	32,90	8,15		527,0	13,3	1084,0	1 956	40,7	54,9	2,4	66,9
30	128,9	1,12	0,44	38,60	2,30		847,0	23,3	147,3	2 578	75,5	94,6	0,3	91,9
60	122,8	0,69	0,28	40,60	1,55		1183,0	38,6	67,3	3 245	85,6	96,7	0,1	94,8
180	120,4	0,21	0,11	41,40	0,62		1638,0	116,1	63,6	4 417	95,7	98,7	0,1	98,0

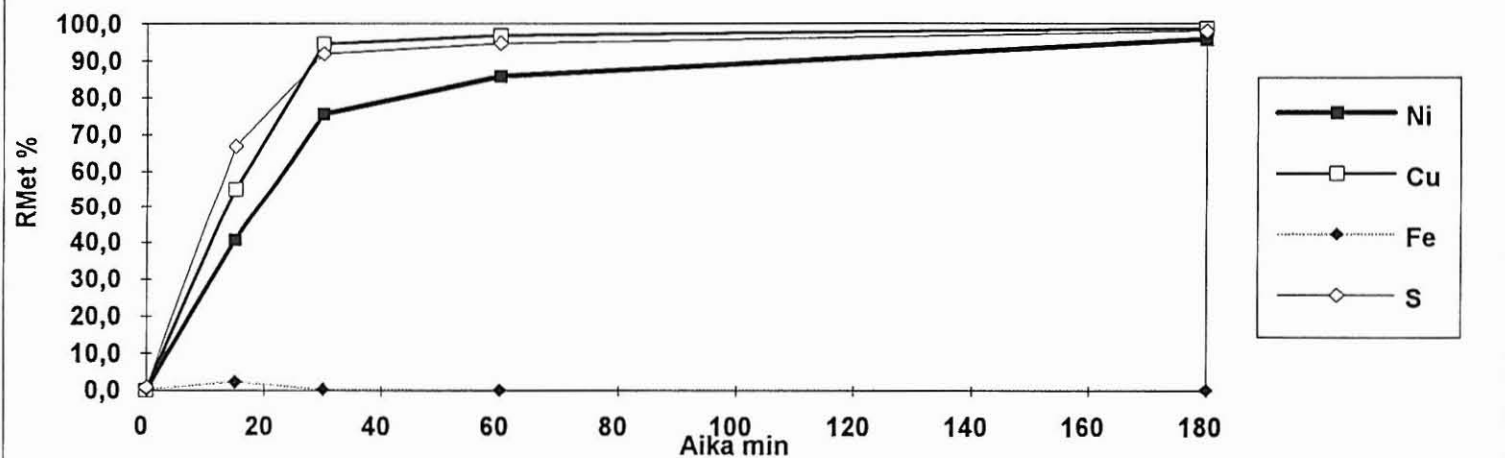



KOE: AKK4
PVM: 28.3.1994
MATERIAALI: SEOS-130KR2
PAINE: 12,8 bar TOT
6,8 bar H2O
6,0 bar O2
LÄMPÖTILA: 170 °C

min	Kiintoaine					Liuos					Liuotuksen saanti			
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l	Ni %	Cu %	Fe %	S %
0	159,0	2,75	4,80	31,95	21,84	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
0	159,0	2,75	4,80	31,95	21,80		0,2	0,0	2,2	64	0,0	0,0	0,0	0,2
15	124,9	1,81	4,40	39,60	8,46		1580,0	145,0	1225,0	7 584	48,3	28,0	2,7	69,6
30	112,5	0,93	3,40	44,51	5,45		2397,0	413,0	643,0	10 231	76,1	49,9	1,4	82,3
60	114,3	0,64	3,20	43,40	4,18		2873,0	946,0	1089,0	13 559	83,2	52,1	2,4	86,2
120	109,2	0,28	2,10	43,97	2,57		3662,0	3357,0	2543,0	18 883	93,0	70,0	5,5	91,9
180	104,2	0,10	1,05	45,30	1,54		3957,0	5503,0	3287,0	21 337	97,6	85,7	7,1	95,4

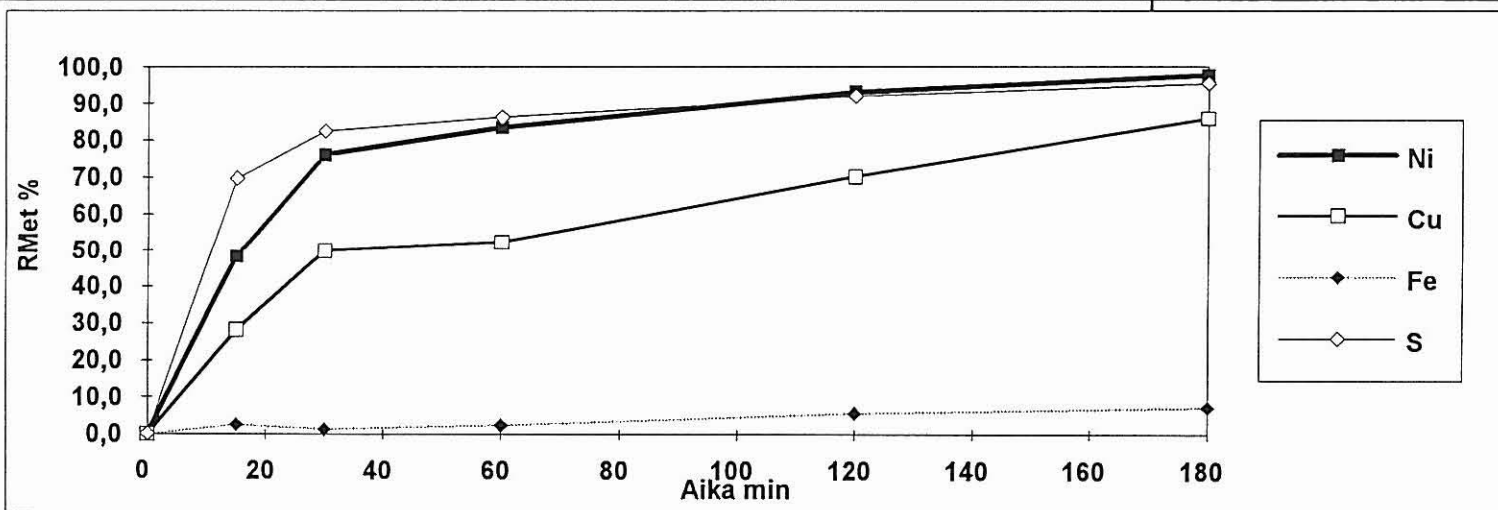



KOE: AKK5
PVM: 29.3.1994
MATERIAALI: SEOS-130KR2
PAINE: 8,6 bar TOT
2,6 bar H2O
6,0 bar O2
LÄMPÖTILA: 140 °C

min	Kiintoaine					Liuos					Liuotuksen saanti			
	g	Ni %	Cu %	Fe %	S %	ml	Ni mg/l	Cu mg/l	Fe mg/l	S mg/l	Ni %	Cu %	Fe %	S %
0	159,0	3,70	6,00	34,22	23,87	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
0	159,0	3,70	6,00	34,20	23,80		0,6	0,7	24,8	94	0,0	0,0	0,1	0,3
15	138,7	2,30	3,20	38,50	7,27		519,0	11,1	898,0	2 177	45,8	53,5	1,8	73,4
30	134,1	0,81	0,64	40,48	1,87		988,0	33,6	124,0	2 892	81,6	91,0	0,3	93,4
60	129,4	0,40	0,35	42,00	1,06		1286,0	41,5	69,0	3 464	91,2	95,3	0,1	96,4
180	126,9	0,21	0,18	42,81	0,68		1661,0	164,6	58,0	4 451	95,4	97,6	0,1	97,7

