

[별표2]

농산물의 포장재 규격 및 포장방법(제2조제2항 관련)

1. 곡 류

가 . 폴 리 에 틸 렌 대 (P . E 대)

1) 자재

SPS-KPS M 1001-0806(농업용 폴리에틸렌 필름) 또는 KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름)에 의한 튜브상 필름으로서 저밀도(LDPE) 또는 선형 저밀도(LLDPE) 필름이거나 저밀도 및 선형 저밀도 합성(50 : 50) 필름을 사용하되, 이물 부착 방지를 위하여 대전 방지 처리하여야 한다.

2) 모양

평포대로서 지름 1mm의 통기공 20개를 양면이 맞닿리도록 설치하되 통기공의 배열은 상하 열접착 부위, 좌우 양 끝 3cm 정도 떨어진 곳에서부터 시작하여 규칙적인 간격을 두어야 한다.

3) 크기 및 품질

적용 대상	수용량 (kg)	몸체(mm)		접착부 너비 (mm)	접착부 밖의 너비(mm)	필름의 호칭 두께(mm)
		길이	너비			
쌀, 보리쌀, 현미	2	(±5) 330	(±2) 230	(±1) 5	이상 10	0.07
	4	400	270	5	10	0.08
	5	400	300	5	10	0.10
	10	550	350	5	10	0.10
	20	700	450	10	10	0.15
콩, 옥수수	2	330	240	5	10	0.07
	4	410	300	5	10	0.08
	5	450	300	5	10	0.10

4) 낙하 강도

가) 1회 시험용 공시포대는 10매 이상으로 한다.

나) 다음 "5항 나"의 방법에 따라 각 10회 시험할 때 시료 10매 중 5회까지는 파대 되지 않아야 하며, 6회 이후에 파대되는 것은 1매까지 허용한다.

5) 시험 방법

가) 자재의 시험 방법은 SPS-KPS M 1001-0806(농업용 폴리에틸렌 필름) 또는 KS T 1093(포장용 폴리에틸렌 필름) "8. 시험방법"에 따른다.

나) 낙하 강도는 KS T 1307(크라프트 대형 종이 포대 낙하 시험방법)에 따른다.

6) 검사 및 표시

가) 공인 검사기관의 검사를 받아야 한다.

나) 검사에 합격된 포대는 매장마다 "규격품"임이 표시되어야 하며, 또한 내용물이 "국정검사필품"임을 인사하여야 한다.

다) 포대의 매 장마다 제조자 명을 포대 하단 우측에 표시하여야 한다.

라) 인사의 색상, 양식 등 기타사항은 수요처의 요구에 따른다.

7) 포장 방법

포대에 내용물을 담은 후 상단에서 10mm 정도 남긴 부위에 너비가 약 5~10mm 정도 되도록 열접착 하여야 한다.

나. 직물제 포대(P.P대)

1) 소형 포대

가) 자재

(1) 원단: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사(길게 늘인 실))의 규격중 2종 폴리프로필렌계로 섬도 95tex이상, 인장강도 29N이상의 연신사로 직조하여야 하며, 통기성을 주기 위하여 원단의 위사 너비는 4~6mm가 되어야 하고 포대를 구성하고 있는 위사는 1회 이상 접어진 실로써 제작하여야 한다.

(2) 봉합실: 봉제에 적합한 실로서 인장강도는 39N이상이어야 한다.


(3) 슬라이드 파스너(이하 "지퍼"라 한다): 자동잠금장치가 있는 슬라이드가 부착된 지퍼로서 이빨 너비 5mm이상, 이빨 가로 인장강도 295N이상, 슬라이드 잠금 강도 40N이상으로 왕복 여닫는 내구도는 100회 작동하여 이상이 없어야 한다.

나) 모양

원통형으로서 길이, 너비 및 지퍼 부착 위치는 다음과 같다.

가) 구봉식(입구를 꿰매는 방식)

나) 지퍼식

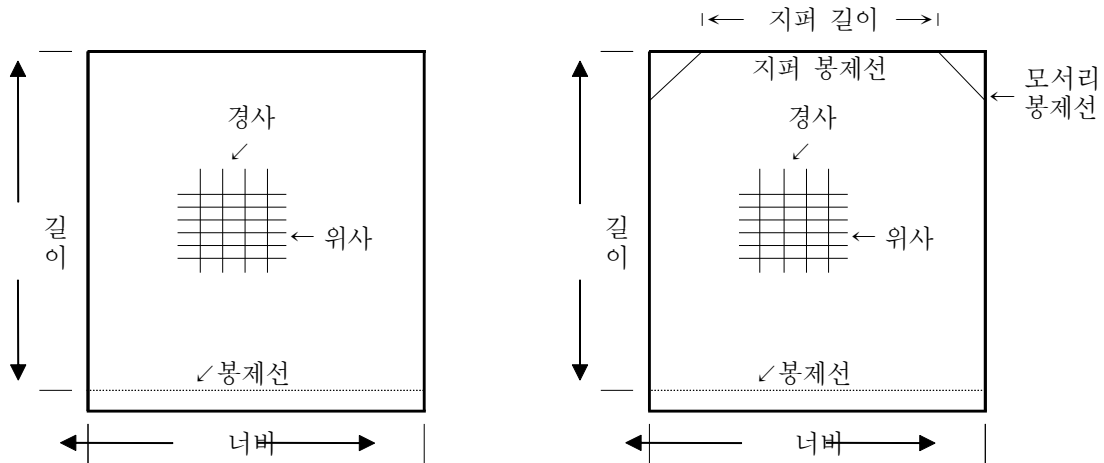

다) 크기 및 품질

적용 대상	구 분		수용량 (kg)	몸 체 (mm)		직조밀도 (올/5cm)		지퍼 길이 (cm)	색 상	낙하강도
				길이	너비	경사	위사			
벼, 겉보리, 맥 주보리, 밀, (귀리)	조곡 1 호	구봉식	40 (30)	±10	±10	±2	±2	이상	황다색	낙하시험 결과 지퍼 및 원단의 파손, 봉합의 터짐, 지퍼 잠 금장치의 열림 등에 의하여 내용물이 새지 않아야 한다.
		지퍼식	40 (30)	895	610	24	24	45		
쌀보리, 밀, 콩, 옥수수	조곡 2 호	구봉식	40	930	560	24	24	-	베이지색	
		지퍼식	40	815	560	24	24	40		
현미, 쌀, 보리쌀	정곡용		40	880	570	28	28	-	베이지색, 황다색 또는 백색 (수요처의 요구에 따 른다)	
			20	700	450	26	26	-		

라) 제대 방법

- (1) 포대의 하단 봉제 부분은 2번 접어서 꿰매야 하고, 꿰맬줄(봉목선)은 끝에서 13mm 이상이 되도록 하여야 하며, 바늘땀의 길이는 10mm 이하로 균일하게 꿰매야 한다.
- (2) 원단의 절단은 열 절단하여야 하며, 포대의 상단은 위사가 풀리지 않도록 처리하여야 한다.

- (3) 지퍼식 포대의 지퍼 부착 위치는 포대 너비의 중앙부위 포대 안쪽으로 하며, 지퍼 봉제는 원단 윗부분을 안으로 2번 접어 바늘땀의 길이는 5mm 이하로 겹줄 봉제하되 지퍼의 끝에서 포대의 끝까지의 사이 부분은 사용에 지장이 없도록 봉제 처리하며, 포대의 상단 모서리는 지퍼의 끝에서 포대의 끝까지를 한 변으로 하는 삼각형 형태가 되도록 봉제한다.
- (4) 포대는 찢어진 곳, 연신사가 끊어진 곳, 봉목실이 터지거나 빠진 것 등 사용상 해로운 결점이 없어야 한다.
- (5) 기타 제대 방법은 일반 제대 관례에 따른다.

마) 시험 방법

- (1) 직조밀도: KS K ISO 7211-2(텍스타일-직물-구조-분석 방법-제2부 : 밀도 측정)에 따른다.
- (2) 섬도 및 인장강도: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)에 따른다. 다만, 시험편은 포대에서 채취한다.
- (3) 낙하시험: KS T 1071(직물제 포대) "8.3 낙하 시험" 방법에 따른다.
- (4) 실의 인장강도: KS K ISO 2062(텍스타일-패키지로부터 채취한 실-정속인장식 (CRE) 시험기를 이용한 단사의 절단 강도 및 절단 신도 측정)에 따른다.
- (5) 지퍼의 치수: 지퍼의 길이 및 이빨너비는 KS G 3102(슬라이드 파스너) 7.14 치수 측정 방법에 따른다.
- (6) 지퍼의 이빨 가로 인장강도: KS G 3102 7.2 이빨 가로 인장 강도 시험에 따른다.
- (7) 지퍼의 슬라이드 잠금 강도: KS G 3102 7.8 슬라이드 잠금 강도 시험에 따른다.
- (8) 지퍼의 왕복 여닫는 내구도 : KS G 3102 7.9 왕복 여닫는 내구 시험에 따른다.

바) 검사 및 표시

- (1) 구매기관은 이 규격에 적합 여부를 확인하여 적격품만을 구매 공급하여야 하며, 산업표준화법에 의한 품질표시를 하는 경우에는 [산업통상부령](#)이 정하는 바에 따른다.

- (2) 조곡용 구봉식 포대의 윗부분에 꿰매는 선을 표시하되, 하단의 봉제선으로부터 조곡 1호는 885mm 부위에, 조곡 2호는 805mm 부위에 상단과 평행으로 표시하여야 한다.
- (3) 인사의 색상, 양식 등 기타사항은 수요처의 요구에 따른다.
- (4) 조곡 1호, 조곡 2호 포장재의 양쪽 옆면의 중앙 부위에 품종, 연산, 성명, 산지(주소), 검사등급(특등, 1등, 2등, 3등, 등외)란을 표시한다.

(표시예시)

품종	연산	성명	산지(주소)	검사등급				
				특	1	2	3	등외
			시 · 군 리 · 동					

사) 포장 방법

(1) 조곡용 구봉식

· 제 1 방법

곡류를 담은 후 포대 상단부를 나란히 하여 너비 5cm 정도로 2번 이상 접은 다음 강인한 화학사(인장강도 196N이상, 길이 240cm 이상의 꿰매는데 편리한 화학사)로 가급적 접은 부위 중앙부에 표시된 꿰매는 선을 따라 꿰매야 하며, 간격은 4~5cm 정도로 하여 내용물이 새지 않도록 단단히 꿰매야 한다.

· 제 2 방법

곡류를 담은 후 포대 상단부와 평행이 되도록 5cm정도 안으로 접어 넣은 다음 재봉틀로 꿰매되, 봉합실은 인장강도 41N이상인 것을 사용하고, 바늘땀 간격은 5mm이하로 한다.

· 제 3 방법

곡류를 담은 후 포대 상단부와 평행이 되도록 5cm정도 안으로 접어 넣거나 밖으로 접은 다음 봉제에 적합한 봉합실(인장강도 196N이상)을 사용, 가급적 접은 부위 중앙부를 손으로 꿰매거나 수동식 재봉기로 꿰매되 바늘땀의 간격은 2cm 이하로 균일하게 꿰매야 한다.

(2) 정곡용

곡류를 담은 후 포대 상단부와 평행이 되도록 5cm정도 안으로 접어 넣거나 밖으로 접은 다음 재봉틀로 꿰매되, 봉합실은 인장강도 41N이상인 것을 사용하고 바늘땀 간격은 5mm이하로 한다.

2) 대형 포대

가) 자재

(1) 원단

- 몸체: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)의 규격 중 2중 폴리프로필렌 계(P.P)로 정량섬도 173tex이상, 인장강도 65N이상의 연신사로 직조하여야 하며, 위사 너비는 4~6mm가 되어야 하고, 포대를 구성하고 있는 위사는 1회 이상 접어진 실로써 제작하여야 한다.

단, 벨트 부착부위는 이중직으로 제작하여야 하며 이중직은 모서리로부터 $120\pm 5\text{mm}$ 의 위치에 경사는 2겹, 너비는 75mm이상으로 제작하여야 한다.

- 주입구·배출구: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)의 규격 중 1중 폴리에틸렌 계(P.E)로 섬도 95tex이상, 인장강도 29N이상의 연신사로 제작하여야 하며, 안쪽에는 $20\mu\text{m}$ 이상 P.E코팅 하여야 한다.

- 배출구 덮개 및 보강대: 몸체와 같다.

- 몸체 원단은 「식품공전」 ‘제 7. 기구 및 용기·포장의 기준·규격’의 폴리프로필렌(PP) 재질규격 및 용출규격에 적합하여야 한다.

(2) 봉합실

- 봉제에 적합한 실로서 인장강도는 80N이상이어야 한다.

(3) 벨트

- 폴리프로필렌 계(P.P)로 직조된 것으로서 벨트의 인장강도는 15kN이상이어야 한다.

(4) 배출구 로프

- KS K 6405(폴리프로필렌 로프)의 호칭 굵기 5mm이상의 품질을 사용하여야 한다(단, 인장강도는 3.04kN 이상).

(5) 내후성(다양한 기후 환경 저항성)

- 몸체원단 및 벨트의 재료는 KS M 6747(플렉시블 컨테이너)의 규정에


의한다. 단, 종류는 다회용을 적용한다.

(6) 슬라이드 파스너(이하 "지퍼"라 한다)

- 자동잠금장치가 있는 슬라이더가 부착된 지퍼로서 이빨 너비 5mm이상, 이빨 가로 인장강도 295N이상, 슬라이더 잠금강도 40N이상으로 왕복 여닫는 내구도는 100회 작동하여 이상이 없어야 한다.

나) 지퍼의 모양

원통형으로서 길이, 너비 및 지퍼 부착 위치는 다음과 같으며, 베편장재에만 적용한다.

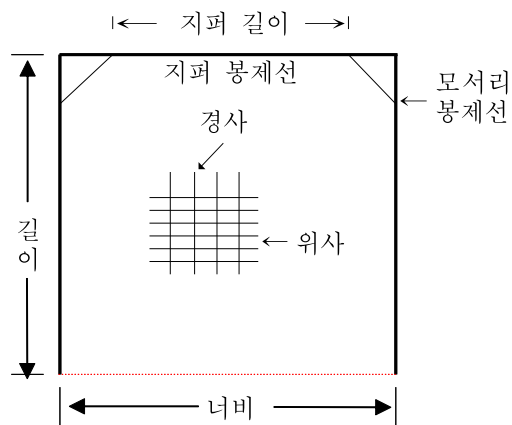

다) 크기 및 품질

(1) 몸체

적용 대상	구 분	수용량 (kg)	몸 체 (mm)				직조밀도 (올/5cm)		색 상
			가로	세로	높이	몸통둘레	경사	위사	
벼	원통형 · 벨트형	800	±20 970	±20 970	±30 1,500	±20 3,880	±1 28	±1 28	베이지색
쌀 현미 밀 콩	원통형 · 벨트형	1,000	±20 970	±20 970	±30 1,500	±20 3,880	±1 28	±1 28	베이지색

* 가로 · 세로는 바깥쪽, 높이는 안쪽 치수를 말한다.

(2) 주입구 · 배출구

주입·배출구 크기 (mm)		직조밀도 (올/5cm)		지퍼 (mm)		끈 (mm)		색상
지름	길이	경사	위사	길이	부착위치	길이	부착위치	
±20	±30	±1	±1	±50	±50	±50	±50	백색 (끈 제외)
550	500	16	16	550	500 (상판으로부터)	1,000 (폭20)	300 (하판으로부터)	

※ 지퍼는 벼 포장재에만 적용

(3) 부속재

운반벨트 (mm)			로프 (mm)	호스(PVC) (mm)		배출구 덮개 (mm)	
너비	길이	색상	길이	지름(안지름)	길이	가로	세로
±2	±20	베이 지색	±50	±2	±5	±20	±20
70	1,200		1,800	13	30	250 또는 지름 350	300

라) 제대방법

- (1) 포대의 몸통과 하판 및 상판의 봉제 부분은 각각 안쪽으로 1번 접어서 10mm이하의 동일한 간격으로 2줄로 꿰맨다.
- (2) 배출구 부착을 위한 하판 절단은 대각선 방향으로 봉제선 안쪽에 위치하도록 절단 한다.
- (3) 주입구와 상판, 배출구와 하판 결합 봉제 부분은 1회 이상 접어서 1~2줄로 꿰맨다.
- (4) 배출구 로프를 끼워 넣을 부위에 보강대(100±10mm×100±10mm)를 안쪽에 부착 후 2줄로 꿰맨다.
- (5) 바늘땀의 길이는 10mm 이하로 균일하게 꿰매야 한다.
- (6) 운반용 벨트는 이중직으로 제작된 부위의 중앙에 봉합실로 단단히 꿰맨다.
- (7) 원단·벨트·로프·끈의 재단은 열 재단하여 재단부위가 풀리지 않도록 처리하여야 한다.
- (8) 포대는 찢어진 곳, 연신사가 끊어진 곳, 봉목실이 터지거나 빠진 것, 봉제 마무리 등 사용상 해로운 결점이 없어야 하고, 벼의 주입과 배출이 용이하도록 하여야 한다.
- (9) 필요에 따라 운반벨트, 몸통 보강벨트, 상부주입구 덮개 등 보완적인 것은 수

요자의 요구에 따른다.


- (10) 지퍼식 포대의 지퍼 부착 위치는 포대 너비의 중앙부위 포대 안쪽으로 하며, 지퍼 봉제는 원단 윗부분을 안으로 2번 접어 바늘땀의 길이는 5mm 이하로 겹줄 봉제하되 지퍼의 끝에서 포대의 끝까지의 사이 부분은 사용에 지장이 없도록 봉제 처리하며, 포대의 상단 모서리는 지퍼의 끝에서 포대의 끝까지를 한 변으로 하는 삼각형 형태가 되도록 봉제한다.

- (11) 기타 제대 방법은 ‘모양’ 과 일반 제대 관례에 따른다.

마) 들어올리기 강도

- (1) 최대 충전 무게(벼 800kg, 쌀 1,000kg)에 상당하는 벼 또는 쌀, 모의 내용물을 110cm정도 균일하게 채우고 최대 충전무게의 6배(최초 충전 무게 포함)에 상당하는 하중을 들어 올린 상태에서 내용물의 누설, 포장재 파손 등의 이상이 없어야 한다.

바) 모양

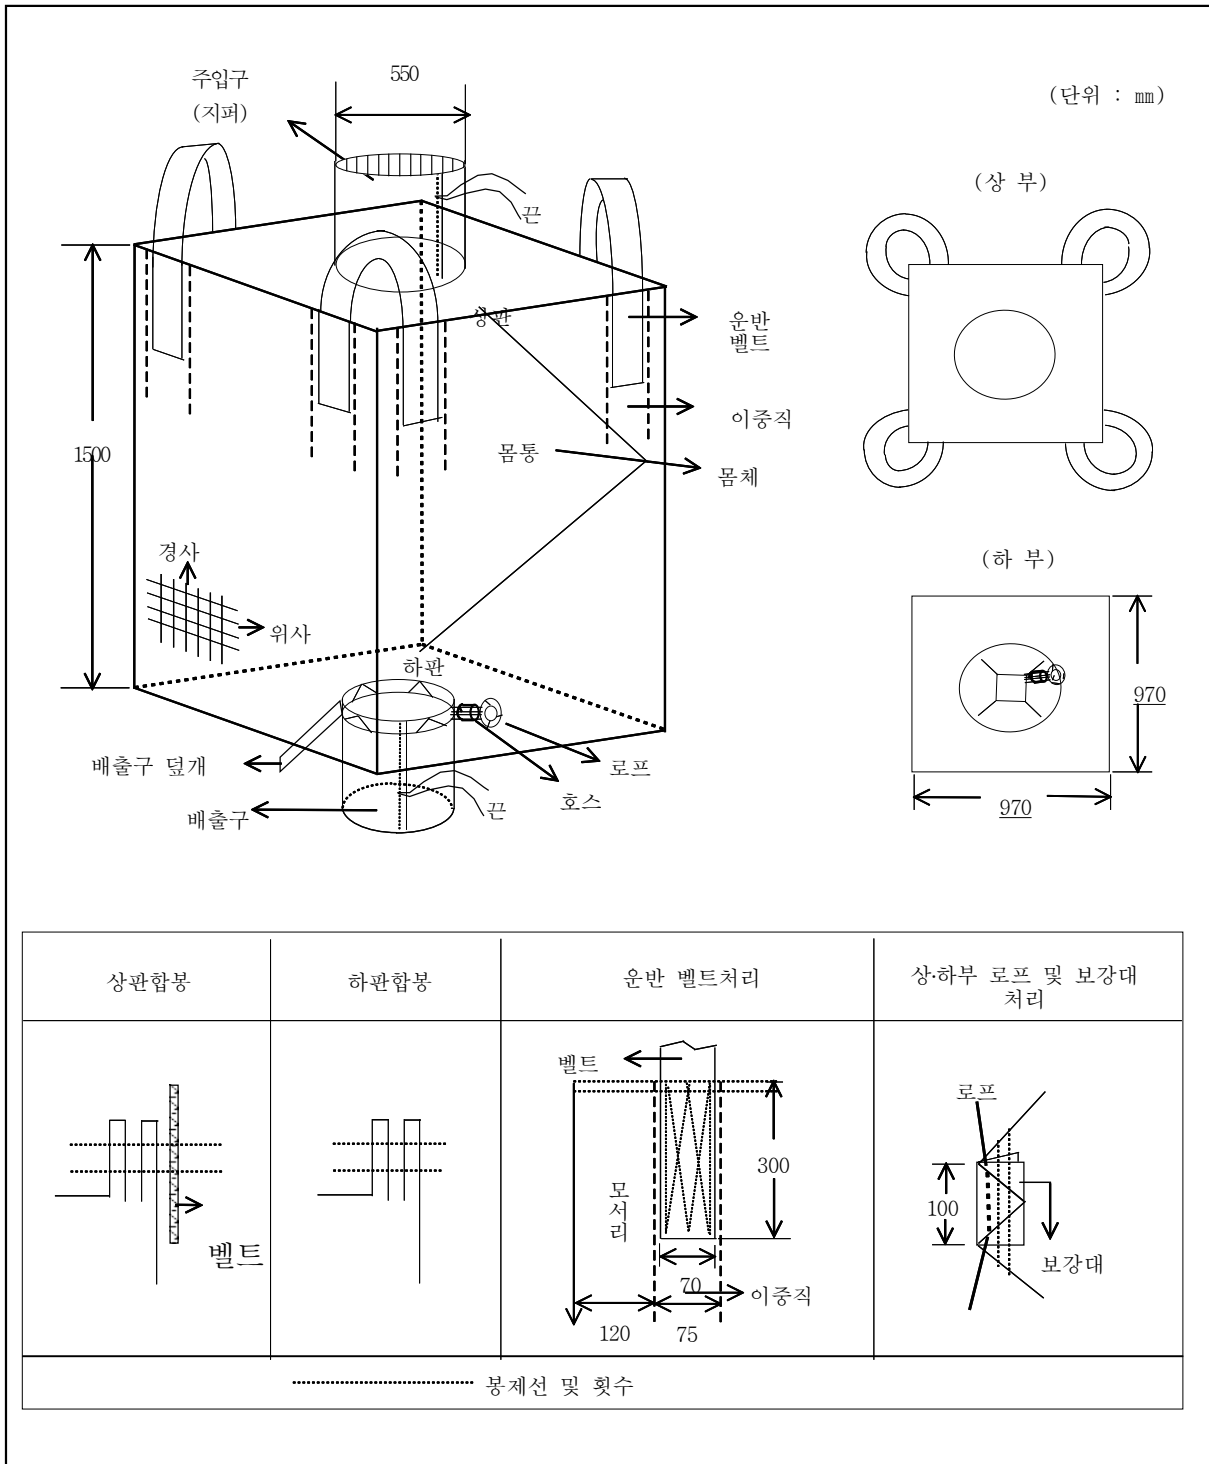

사) 시험 방법

- (1) 직조밀도: KS K ISO 7211-2(텍스타일-직물-구조-분석 방법-제2부: 밀도 측정)에 따른다.
- (2) 원단 섬도 및 인장강도: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)에 따른다.
- (3) 실의 인장강도: KS K ISO 2062(텍스타일-패키지로부터 채취한 실-정속 인장식(CRE) 시험기를 이용한 단사의 절단 강도 및 절단 신도 측정)에 따른다.
- (4) 벨트의 인장강도: KS K 0411(텍스타일 웨빙, 테이프 및 브레이드의 인

장 강도 및 신도 시험방법)에 따른다.

- (5) 로프의 인장강도: KS K 6405(폴리프로필렌 로프)에 따른다.
- (6) 지퍼의 치수: 지퍼의 길이 및 이빨너비는 KS G 3102(슬라이드 파스너) 7.14 치수 측정 방법에 따른다.
- (7) 지퍼의 이빨 가로 인장강도: KS G 3102 7.2 이빨 가로 인장강도 시험에 따른다.
- (8) 지퍼의 슬라이드 잠금 강도: KS G 3102 7.8 슬라이더 잠금 강도 시험에 따른다.
- (9) 지퍼의 왕복 여닫는 내구도 : KS G 3102 7.9 왕복 여닫는 내구 시험에 따른다.
- (10) 위 시험편은 포대에서 채취한다.
- (11) 치수 측정 · 들어올리기 강도 · 내후성 시험: KS M 6747(플렉시블 콘테이너)에 준한다.

아) 검사 및 표시

- (1) 구매기관은 이 규격에 적합여부를 확인하여 적격품만을 구매 공급하여야 하며, 산업표준화법에 의한 품질표시를 하는 경우에는 [산업통상부령](#)이 정하는 바에 따른다.
- (2) 포장재 앞면과 뒷면 2개 면의 상단부위(하단에서 위로 1,100mm · 1,150mm에 위치)에 각각 두 개의 선(한줄의 두께는 5mm 이상, 길이는 450mm 이상)을 긋고 그 중앙에 ‘중량표시선’이라고 표시한다.
- (3) 벼, 밀, 콩 포장용 대형 포대는 중량표시선 하단으로부터 200±10mm 부위에 품종, 연산, 성명, 산지, 검사등급(특등, 1등, 2등, 3등, 등외)란을 표시한다.
(표시 예시)

품종	연산	성명	산지(주소)	검사등급				
				특	1	2	3	등외
			시·군 읍·면					

- (4) ‘가공용 쌀’ 및 ‘현미’ 포장용 대형 포대는 「양곡관리법」, 「원산지표시에 관한 법률」에 따른 사항을 표시한다.
- (5) 벼, 밀, 콩 포장용 대형 포대는 출하 및 검사 표시 하단 60±10mm 위치에 각각 ‘공공비축 벼(실중량 800kg)’, ‘정부비축 밀(실중량 1,000kg)’, ‘정부비축 콩(실중량 1,000kg)’으로 표시하고, 가공용 쌀 및 현미 포장용 대형 포대는 중량표시선 하단에 ‘가공용 쌀’로 표시한다.
- (6) 제조업자는 포장재 사용에 대한 합리적인 설명·지시·경고·기타의 표시를 쉽게 훼손되지 않는 재질과 인쇄로 포장재 앞면과 뒷면 2개 면의 상단

중앙 봉제부위에 부착(제봉) 한다.

(7) 포장재 앞면과 뒷면 2개 면의 하단부위(하단에서 위로 150mm에 글자 하단이 위치)에 제조원 및 전화번호, 제작연월일을 표시한다.

(8) 기타사항은 수요처의 요구에 따른다.

자) 포장방법 등

(1) 하부의 끈과 로프는 주입 전에 단단히 묶되, 배출에 용이하도록 풀기 쉽게 묶는다.

(2) 벼 또는 쌀을 주입구에 넣는 과정에 상·하로 3-4회 정도 다지기 작업을 하여 내용물을 가볍게 다진 후, 주입이 끝나면 상단을 고르게 편다.

(3) 주입 후 상부의 끈은 풀기작업을 쉽게 할 수 있도록 단단히 묶는다. 지퍼의 경우 지퍼를 닫은 후 모서리봉제선 안쪽까지 넣어준다.

(4) 주입·배출·운반·적재 등 포장재 사용 시에는 반드시 4개의 운반벨트를 사용하고 위험으로부터 안전 조치를 하여야 한다.

(5) 적재는 무게 중심이 더미 중앙에 오도록 안전 적재 하여야 한다.

(6) 대형 포대는 야적을 금지(직사광선과 비로부터 보호)하고, 반복 사용 시에는 강도·몸체·봉제·벨트·로프 등 안전 상태를 확인 후 사용하여야 한다.

다. 종이 포대

1) 자재

가) 원지

(1) 황색 종이 포대

KS M 7501(크라프트지) 규격품을 사용하여야 한다.

(2) 백색 종이 포대

황색 종이 포대 규격을 적용한다.

나) 봉합실

20'S로서 10합사 이상의 면사 또는 이와 동등한 품질의 것으로 인장강도 44.1N 이상으로 하되 편연(片撚)으로 한다.


다) 접착제

접착제는 악취 및 인체에 해가 없는 녹말분 및 내수성 강력 접착제를 사용하여야 한다.

2) 모양

가) 하단 봉제형

나) 하단 호침형(접착제로 붙이는 방식)

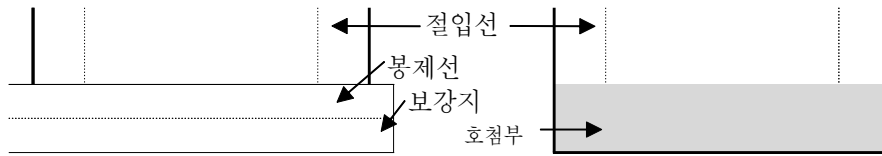

3) 크기 및 품질

가) 황색 종이 포대

용 도	수용량 (kg)	원지 겹수 및 평량		모 양	몸체(mm)		절입 (mm)	시접 (mm)	상하단 호침부 (mm)	매당 무게 (g)
		겹수	겹수/평량		길이	너비				
쌀, 보리쌀	5	2	1/80, 1/90	봉제형	(±5) 340	(±3) 305	(±3) 75	(±1) 15	(±2) -	(±5%) 50
				호침형	320	305	75	-	40	50
쌀, 보리쌀 현미	10	3	3/80	봉제형	550	300	75	15	-	100
	20	4	4/80	봉제형	650	420	75	15	-	210
			2/80, 2/90	봉제형	650	420	75	15	-	220
		3	3/90	호침형	620	420	75	-	50	180
콩, 옥수수	10	3	3/80	호침형	620	420	75	-	50	180
				봉제형	570	305	75	15	-	110
	20	4	4/80	호침형	500	305	75	-	50	110
			2/80, 2/90	봉제형	650	420	75	15	-	210
쌀, 보리쌀, 현미 외포장 - P.E 2kg×10대 - P.E 4kg×5대	20	2	2/90	봉제형	650	420	75	15	-	220
				호침형	620	420	75	-	50	200
				봉제형	660	420	75	15	-	130
				호침형	640	420	75	-	50	130

나) 백색 종이 포대

외부 1겹은 백색 종이 포대를 사용하되, 안쪽은 황색 종이 포대로 하고, 백색 종이 포대의 크기 및 품질은 황색 종이 포대 규격을 적용한다.

4) 제대 방법

가) 제대 및 포장 방법

(1) 봉제형

(가) 종이 포대 위아래에는 반드시 보강지로 너비 50mm, 평량 115g/m² 이상의 크라프트 주름지를 사용하여 봉제하고, 주름지는 종이 포대 밖 양쪽으로 각각 40mm 이상의 여분을 두어야 한다.

(나) 종이 포대의 위아래가 평행이 되도록 하여 바늘땀은 7~10mm 간격으로 균일하게 받침종이 또는 받침실을 대고 재봉하여야 하며, 바늘땀의 강도는 아래와 같다.

접수	강도 kn
3	1.77이상
4	2.16이상

(2) 호침형


(가) 종이 포대 위아래에서 50mm를 평행으로 접어 접착제로 균일하게 붙여야 한다.

(나) 상단을 봉제할 경우에는 (1)항의 봉제방법을 따른다.

나) 종이 포대의 위아래 선은 원지의 세로 방향과 일치하고, 몸통접착부의 접착 너비는 10mm이상이어야 하며 접착제로 균일하게 붙여야 한다.

다) 종이 포대는 각 겹과 전체가 균형이 취해지도록 제대되어야 하며 각 겹마다 찢어진 곳, 구멍 및 주름 등 사용상 결함이 없어야 한다.

라) 투명 창은 다음 그림과 같이 지름 44mm로 설치하고, 두께 0.07mm 폴리에틸렌 필름을 지름 120mm 크기로 겹장과 가운데 장, 가운데 장과 속장 사이에 두 겹을 대고 20mm 너비로 가열 압착하되, 투명 창 설치 여부 및 설치 위치는 수요처의 요구에 따른다.

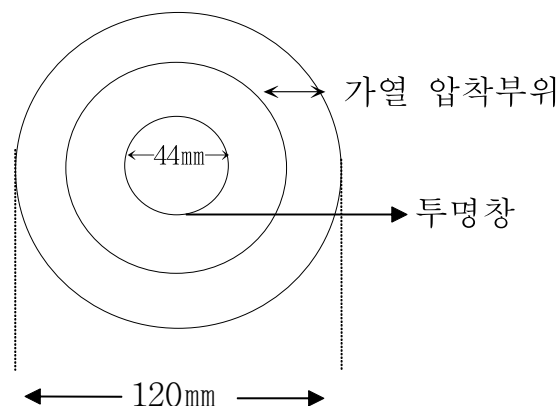

마) 기타 사항은 KS T 1064(크라프트 종이 포대)의 규격을 적용하되, KS T 1064에 명시되지 않은 사항은 일반 제대 관행에 따른다.

5) 낙하 강도

가) 1회 시험용 공시포대는 10매 이상으로 한다.

나) 다음 "6항 다"의 방법에 따라 각 10회 시험할 때 시료 10매 중 5회까지는 파대되지 않아야 하며 6회 이후에는 1매까지 허용한다.

6) 시험 방법

가) 원지의 시험: KS M 7501(크라프트지) 또는 KS T 1066(크라프트 신장 종이 포대)의 "시험방법"에 따른다.

나) 실의 인장강도: KS K ISO 2062(텍스타일-패키지로부터 채취한 실-정속 인장식(CRE) 시험기를 이용한 단사의 절단 강도 및 절단 신도 측정)에 따른다.

- 다) 낙하강도: KS T 1307(크라프트 대형 종이 포대 낙하 시험방법)에 따른다.
 라) 접착상태: KS M 7044(펄프의 알파, 베타, 감마 셀룰로오스 시험방법)에 따른다.

7) 검사 및 표시

- 가) 공인 검사기관의 검사를 받아야 한다.
 나) 검사에 합격된 포대는 매 장마다 "규격품"임을 표시하여야 한다.
 다) 포대의 매 장마다 포대의 무게와 제조자 명을 표시하여야 한다.
 라) 인사의 색상, 양식 등 기타사항은 수요처의 요구에 따른다.

2. 서류

가. 합성수지대(P.P대또는P.E대)

1) 자재

적용대상	수용량(kg)	조 건
고 구 마	40	직물제 포대 또는 폴리에틸렌대로서 수송 중 새거나 찢어질 우려가 없고, 공기가 통할 수 있으며 깨끗한 것이어야 한다.
절간고구마	20, 40	

2) 포장방법

튼튼한 화학사로 셀 우려가 없는 간격으로 꿰매거나 상단부를 나란히 한 다음 결박끈을 대고 3회 이상 접어 상투 모양으로 조이고, 접은 부위 아래쪽을 3회 이상 돌려 묶어야 한다.

나. 그물주머니(망대)

1) 자재

- 가) 원단: 고밀도 폴리에틸렌 모노필라멘트사로 메리야스 상으로 직조한 것이어야 한다.
 나) 봉합실: PP 4합사 또는 이와 동등한 품질의 것이어야 한다.
 다) 화학사(끈): 인장강도 20kgf 이상이어야 한다.

2) 크기 및 품질

적용대상	수용량(kg)	크 기 (mm)	무 게 (g)
고 구 마	10	(700±30)×250	25 이상
	20	(800±30)×400	45 이상

3) 포장 방법: 화학사로 내용물이 새지 않도록 상단부를 묶어야 한다.

다. 골판지 상자

1) 자재 및 크기

적용대상	수용량 (kg)	골판지의 종류	포장외치수(mm)			과열강도 (kg/cm ²)	압축 강도 (kg)	수분 함량 (%)	발수도
			길이	너비	높이				
고구마	10	KS T 1034의 2중 양면골판지 1종	385	310	(±10) 200	10	350	(±2.5) 10.5	R ₂
	20	KS T 1034의 2중 양면골판지 2종	480	350	270	14	450	"	"

- 2) 시험 방법: 과실류와 같다.
- 3) 검사: 공인 검사기관의 검사를 받은 것이어야 한다.
- 4) 포장 방법: 과실류와 같다.

3. 특용작물류

가. 폴리에틸렌대(P.E대)

- 1) 자재 및 모양: 곡류와 같다.
- 2) 크기 및 품질

적용 대상	수용량 (kg)	몸체(mm)		접착부 너비(mm)	접착부 밖의 너비(mm)	필름의 호칭 두께(mm)
		길이	너비			
참깨, 알뜡콩	2	(±5) 330	(±2) 240	(±1) 5	이상 10	0.07
	4	450	300	5	10	0.08
	5	480	300	5	10	0.10

- 3) 낙하강도, 시험방법, 검사 및 표시, 포장방법: 곡류와 같다.

나. 직물제 포대(P.P대)

- 1) 자재 및 모양: 곡류와 같다.
- 2) 크기 및 품질

적용 대상	수용량 (kg)	구분	몸 체 (mm)		직조밀도 (올/5cm)		지퍼 길이 (cm)	색상	낙하강도
			길이	너비	경사	위사			
유채	40	구봉식	±10 1,010	±10 610	±2 24	±2 24	이상 -	황다색	낙하시험 결과 지퍼 및 원단의 파손, 봉 합의 터짐, 지퍼 잠 금 장치의 열림 등에 의하여 내용물이 새 지 않아야 한다.
		지퍼식	895	610	24	24	40		
참깨, 알땅콩	40	구봉식	930	590	28	28	-	-	
		지퍼식	815	590	28	28	45		

- 3) 제대방법, 시험방법, 검사 및 표시, 포장방법: 곡류와 같다.

다. 종이 포대

- 1) 자재 및 모양: 곡류와 같다.
- 2) 크기 및 품질

적용 대상	수용량 (kg)	원지 겹수 및 평량		모 양	몸체(mm)		절입 (mm)	시접 (mm)	하 단 호침부 (mm)	보강지(mm)		매당 무게 (g)
		겹수	겹수/평량		길이	너비				상단	하단	
참 깨 알땅콩	10	2	3/80	봉제형	(±5) 600	(±3) 350	(±3) 75	(±1) 15	(±2) -	-	-	(±5%) 130
				호침형	580	350	75	-	50	-	-	130
	20	3	3/80	봉제형	730	420	75	15	-	30	30	190
				호침형	710	420	75	-	50	30	-	180
			3/90	봉제형	730	420	75	15	-	-	-	200
				호침형	710	420	75	-	50	-	-	200

3) 제대방법, 낙하강도, 시험방법, 검사 및 표시, 포장방법: 곡류와 같다.

라. 합성수지대(P.P대또는P.E대)

1) 자재

적용 대상	수용량 (kg)	조 건
피땅콩	30	직물제 포대 또는 폴리에틸렌대로서 수송 중 새거나 찢어질 우려가 없고, 공기가 통할 수 있으며 깨끗한 것이어야 한다.

2) 포장 방법

포대 상단부를 마주 댄 후 한번 이상 접고 튼튼한 화학사로 셀 우려가 없는 간격으로 꿰매야 한다.

4. 과실류

가. 골판지 상자

1) 자재 및 크기

적용대상	수용량 (kg)	골판지의 종류	포장외치수(mm)			파열강도 (kg/cm ²)	압축 강도 (kg)	수분 함량 (%)	발수도
			길이	너비	높이				
사과(Net)	15	KS T 1034의 2중 양면골판지 2중	460	330	(±10) 325	이상 14.0	이상 350	(±2.5) 10.5	R ₂
(Tray)	15	"	510	360	275	14.0	350	10.5	"
배 (2단)	15	"	505	360	230	14.0	350	10.5	"
(3단)	15	"	450	310	300	14.0	350	10.5	"
단감	15	"	480	360	215	14.0	350	10.5	"
감귤	15	KS T 1012의 방수 골판지 중 내수골 판지 2호 이상	370	315	265	14.0	700	10.5	"

[기타 조건]

5kg, 10kg들이 골판지 상자는 KS T 1061(외부 포장용 골판지 상자)의 <표1> 2중 양면 골판지 상자 1종의 규정에 따른다.

2) 시험 방법

가) 파열 강도: KS M ISO 2758(종이-파열강도의 측정) 또는 KS T ISO 2759(판자-파열강도 시험)에 따른다.

나) 압축 강도: KS T ISO 12048(포장-수송포장-압축 시험기를 이용한 압축 및 적재 시험)에 따른다.

다) 수분 함량: KS M ISO 287(종이 및 판지-함수율 측정-전건법)에 따른다

라) 발수도: KS M 7057(종이 및 판지의 발수도 시험 방법)에 따른다.

마) 결박재: KS T 1039(폴리프로필렌 밴드)의 제7항 시험 방법에 따른다.

3) 검사

공인 검사기관의 검사를 받은 것이어야 한다.

4) 포장 방법

가) 봉합: 날개 봉합은 폭 2mm이상의 평철사로 상·하 양면에 각각 2개소 이상 봉합하거나 너비 50mm이상의 포장용 감테이프로 상·하 양면을 봉합 한다.

나) 결박: KS T 1039(폴리프로필렌 밴드)의 제16호 PP밴드로 세로 2개소를 결박 하거나 또는 연질 폴리끈으로 세로 2개소를 두 돌림하여 묶는다.

5. 채소류

가. 직물제 포대(P.P대)

1) 자재

가) 원단: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)중 섬도 900데니어 이상, 인장 강도 3.0kgf 이상의 폴리프로필렌 연신사로 직조하여야 하며, 직조밀도는 20 올/5cm이어야 한다. 또한, 통기성을 좋게 하기 위하여 원단의 위사 너비는 4~6mm가 되어야 하고, 위사는 1회 이상 접어진 실로써 제작하여야 한다.

나) 봉합실: 봉제에 적합한 실로서 인장강도는 4kgf 이상이어야 한다.

2) 모양: 곡류의 원통형과 같다.

3) 크기

적용대상	수용량 (kg)	몸 체 (mm)	
		길 이	너 비
고 추	3	800 (±30)	500
	10	1,000	700
	20	1,520	950

4) 시험 방법

가) 직조 밀도: KS K ISO 7211-2(텍스타일-직물-구조-분석 방법-제2부: 밀도 측정)에 따른다.

나) 섬도 및 인장강도: KS T 1015(포대용 폴리올레핀 연신사)에 따른다.

다) 실의 인장강도: KS K ISO 2062(텍스타일-패키지로부터 채취한 실-정속인장식(CRE) 시험기를 이용한 단사의 절단 강도 및 절단 신도 측정)에 따른다.

5) 검사: 공인 검사기관의 검사를 받은 것이어야 한다.

6) 포장 방법: 내용물이 새지 않도록 상단부를 화학사로 묶어야 한다.

나. 골판지 상자

1) 자재 및 크기

적용대상	수용량(kg)	골판지의 종류	포장외치수(mm)			파열강도(kg/cm ²)	압축강도(kg)	수분함량(%)	발수도
			길이	너비	높이				
마 늘	5	KS T 1034의 2중 양면골판지 1중	275	195	220	8	200	10.5	R ₂
	10	"	385	310	210	10	350	"	"
	20	KS T 1034의 2중 양면골판지 2중	480	350	270	14	450	"	"
양 파	5	KS T 1034의 2중 양면골판지 1중	275	195	205	8	200	"	"
	10	"	385	310	200	10	350	"	"
	20	KS T 1034의 2중 양면골판지 2중	480	350	255	14	450	"	"

2) 시험 방법: 과실류와 같다.

3) 검사: 공인 검사기관의 검사를 받은 것이어야 한다.

4) 포장 방법: 과실류와 같다.

다. 그물주머니(망대)

1) 자재: 서류와 같다.

2) 크기 및 품질

적용대상	수용량(kg)	크 기 (mm)	무 게 (g)
마 늘	3	(450±30)×200	12이상
	5	(550±30)×200	15
	10	(700±30)×250	25
	20	(800±30)×450	35
양 파	5	(550±30)×200	15
	10	(700±30)×250	25
	20	(800±30)×400	35

3) 포장 방법: 내용물이 새지 않도록 상단부를 화학사로 묶어야 한다.

6. 수출 · 입 농산물

당사국간의 계약규격에 따른다.