
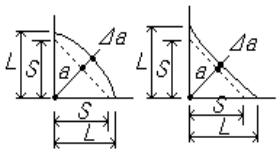


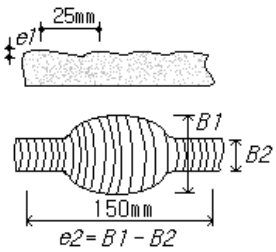
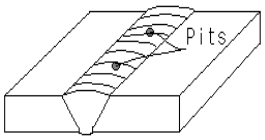
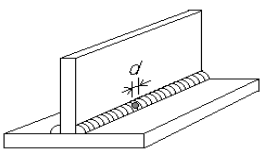




[별표 5]

용접부 외관결함 허용기준(제8조제4항, 제45조관련)

검 사 항 목	형 상	허 용 오 차	비 고
필렛 용접의 크기 *(⊿S)* (Size of Fillet Weld)		0≦⊿*S*≦0.5*S* (단, 최대. ⊿*S*≦5㎜)	*S* : 도면요구 각장 *L* : 실제의 각장
필렛 용접의 여성높이*(⊿a)* (Length of Reinforcement of Fillet Weld)		0≦⊿*a*≦0.4S (단, 최대. ⊿*a*≦4㎜)	〃
맞대기용접의 여성높이*(h)* (Length of Reinforcement of Butt Weld)		·B<15㎜ : 0.5㎜≦*h*≦3㎜ ·15㎜≦B<25㎜ : 0.5㎜≦*h*≦4㎜ ·25㎜≦B : 0.5㎜≦*h*≦4B/25㎜ (단, 최대. *h*≦6㎜)	
완전용입 T 이음의 보강필렛 용접크기 *(⊿S)*		0㎜≦⊿*S*≦5㎜	
비드 표면요철의 고저차 및 비드폭 의 불일치*(e1, e2)*		·요철의 고저차*(e1)* : 용접장 또는 비드폭25㎜ 범위에 대해 2.5㎜ 이하 ·비드폭 불일치*(e2)* : 용접장 150㎜ 범위에 대해 5㎜이하	
비드 표면의 핏트	맞대기 용접부 	허용하지 않는다	주부재에는 허용되지 않음.
	필렛 용접부 	*d*≦0.5㎜ - 1M에 3개 이내 - 연속해서 있으면 안됨	

검 사 항 목	형 상	허 용 오 차	비 고
언더 컷(e)	맞대기 용접부 	$e \leq 0.3$㎜	$0.3 < e \leq 0.5$㎜의 경우 용접길이의 10% 이상이면 수정작업 실시
	필렛 용접부 	$e \leq 0.5$㎜	연속된 길이가 100㎜를 넘으면 전체를 수정한다
오버랩		허용하지 않는다.	
용입불량 및 융합불량	–	〃	
균열		〃	