
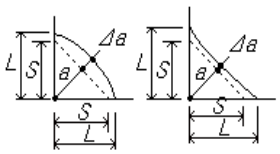


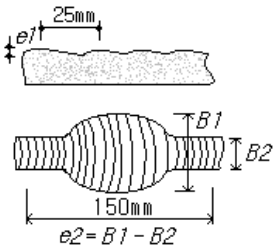
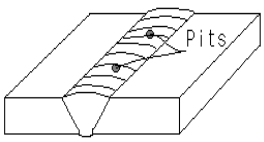
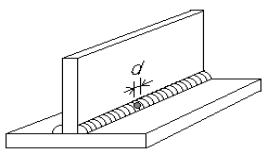




[별표 4]

용접부 외관결함의 허용범위(제22조제4항 관련)

검 사 항 목	형 상	허 용 오 차	비 고
필렛 용접의 크기(⊿S) (Size of Fillet Weld)		0≦⊿S≦0.5S (단, 최대. ⊿S≦5㎜)	S : 도면요구 각장 L : 실제의 각장
필렛 용접의 여성높이(⊿a) (Length of Reinforcement of Fillet Weld)		0≦⊿a≦0.4S (단, 최대. ⊿a≦4㎜)	〃
맞대기용접의 여성높이(h) (Length of Reinforcement of Butt Weld)		·B<15㎜: 0.5㎜≦h≦3㎜ ·15㎜≦B<25㎜: 0.5㎜≦h≦4㎜ ·25㎜≦B: 0.5㎜≦h≦4B/25㎜ (단, 최대. h≦6㎜)	
완전용입 T 이음의 보강필렛 용접크기 (⊿S)		0㎜≦⊿S≦5㎜	
비드 표면요철의 고저차 및 비드폭의 불일치(e1, e2)		·요철의 고저차(e1): 용접장 또는 비드 폭 25㎜ 범위에 대해 2.5㎜ 이하 ·비드폭 불일치(e2): 용접장 150㎜ 범위에 대해 5㎜이하	
비드 표면의 핏트	맞대기 용접부 	허용하지 않는다.	주부재에는 허용되지 않음.
	필렛 용접부 	d≦0.5㎜ - 1M에 3개 이내 - 연속해서 있으면 안 됨	

검 사 항 목	형 상	허 용 오 차	비 고
언더 컷(e)	맞대기 용접부 	$e \leqq 0.3$㎜	0.3 < $e \leqq 0.5$㎜의 경우 용접길이의 10% 이상이면 수정작업 실시
	필렛 용접부 	$e \leqq 0.5$㎜	연속된 길이가 100㎜를 넘으면 전체를 수정한다.
오버랩		허용하지 않는다.	
용입불량 및 융합불량	–	〃	
균열		〃	