


[별표 2의2] 고무제안전화의 성능기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용						
1	사용 장소	고무제안전화(이하 “안전화”이라 한다)는 그 사용 장소에 따라 표 1과 같이 한다.						
		〈표 1〉 고무제 안전화의 사용 장소						
		<table><tr><th>구 분</th><th>사 용 장 소</th></tr><tr><td>일 반 용</td><td>일반작업장</td></tr><tr><td>내 유 용</td><td>탄화수소류의 윤활유 등을 취급하는 작업장</td></tr></table>	구 분	사 용 장 소	일 반 용	일반작업장	내 유 용	탄화수소류의 윤활유 등을 취급하는 작업장
		구 분	사 용 장 소					
일 반 용	일반작업장							
내 유 용	탄화수소류의 윤활유 등을 취급하는 작업장							
2	일반구조	고무제안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다.						
		가. 안전화는 방수 또는 내화학성의 재료(고무, 합성수지 등)를 사용하여 견고하게 제조되고 가벼우며 또한 착용하기에 편안하고, 활동하기 쉬워야 한다.						
		나. 안전화는 물, 산 또는 알카리 등이 안전화 내부로 쉽게 들어가지 않도록 되어 있어야 하며, 또한 겹창, 뒷굽, 테이프 기타 부분의 접착이 양호하여 물 등이 새어 들지 않도록 해야 한다.						
		다. 안전화 내부에 부착하는 안감·안창포 및 심지포(이하 “안감 및 기타포”이라 한다)에 사용되는 메리야스, 융 등은 사용목적에 따라 적합한 조직의 재료를 사용하고 견고하게 제조하여 모양이 균일해야 한다. 다만, 분진발생 및 고온작업장소에서 사용되는 안전화는 안감 및 기타를 부착하지 아니할 수 있다.						
		라. 겹창(굽 포함), 몸통, 신을 기타 접합부분 또는 부착부분은 밀착이 양호하며, 물이 새지 않고 고무 및 포에 부착된 박리고무의 부풀음 등 흠이 없도록 해야 한다.						
		마. 선심의 안쪽은 포, 고무 또는 합성수지 등으로 붙이고 특히, 선심 뒷부분의 안쪽은 보강되도록 해야 한다.						
		바. 안쪽과 골딴이 완전하도록 해야 한다.						
		사. 부속품의 접착은 견고하도록 해야 한다.						
		아. 에나멜을 칠한 것은 에나멜이 벗겨지지 않아야 하고 건조가 충분하여야 하며, 몸통과 신을에 칠한 면이 대체로 평활하고, 칠한 면을 겹으로 하여 180° 각도로 구부렸을 때, 에나멜을 칠한 면에 균열이 생기지 않도록 해야 한다.						
		자. 사용할 때 위험한 흠, 균열, 기공, 기포, 이물 혼입, 기타 유사한 결함이 없도록 해야 한다.						
3	재료	고무제안전화의 재료는 다음 각 목과 같이 한다.						
		가. 몸통의 두께는 몸통에 사용된 재질이 고무인 경우 1.5mm이상이고 고분자화합물 재질인 경우 1.0mm 이상이어야 한다.						
		나. 겹창 중 소돌기가 있는 부분의 두께 d ₁ 은 3mm 이상이고 d ₃ 는 6mm 이상이어야 한다.(그림 1 참조)						

다. 소돌기의 높이 d_2 는 4.0mm 이상이어야 한다.(그림 1 참조)
 라. 소돌기부의 범위는 별표 2 제7호다목의 규정에 따른다.

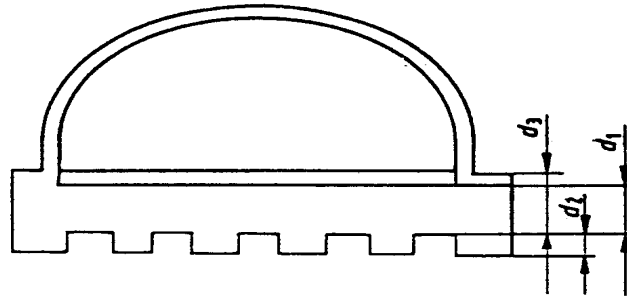

[그림 1] 겹창 두께 및 소돌기의 높이

마. 안전화의 몸통, 겹창, 안감 등 재료기준은 표 2에 따르고, 기타재질인 경우에는 인장강도 및 신장율은 별표 2 제7호의 기준을 적용한다.

〈표 2〉 재료의 기준

항 목			시 험 성 능 기 준	
			일반용	내유용
겹 창	인장시험	인장강도(N/cm ²)	880 이상	780 이상
		신장율(%)	300 이상	300 이상
	내유시험	부피변화율(%)	—	-5~+30이내
몸 통	인장시험	인장강도(N/cm ²)	1,270 이상	980 이상
		신장율(%)	420 이상	300 이상
	내유시험	부피변화율(%)	—	-5~+30이내
안감 및 기타포	파열시험	파열강도(N/cm ²)	39N/cm ² 이상에서 파열되지 않을 것	

바. 선심의 내부길이 또는 플랜지부 길이 및 내부식성시험은 별표 2 제5호의 규정에 따른다.

사. 내답판의 재료기준은 별표 2 제6호의 규정에 따른다.

4

기타사항

기타의 일반 구조, 주요재료, 성능기준 및 시험방법 등은 별표 2와 별표 2의8의 규정에 따른다.