


Measurement Details	Measurement Details
Benutzername mastersizer	Analyse Datum Zeit 08.05.2025 15:55:37
Probenname HD Powder WILO	Messung Datum Uhrzeit 08.05.2025 15:55:37
SOP Dateiname AeroS.cfg	Ergebnis Quelle Messung
Analysis	Result
Partikelname NdFeB non magnetic	Konzentration 0,0066 %
Partikel Brechungsindex 1,300	Breite 7,037
Partikel Absorptionswert 0,500	Gleichförmigkeit 1,725
Name Dispergiermedium Dry dispersion	Spezifische Oberfläche 3,944 m²/kg
Brechungsindex Dispergiermedium 1,000	D [3;2] 200 µm
Streuungsmodell Mie	D [4;3] 593 µm
Analyse-Modell Universal	Dv (10) 97,3 µm
Gewichtete Abweichung 0,51 %	Dv (50) 255 µm
Laserabschattung 0,26 %	Dv (90) 1890 µm

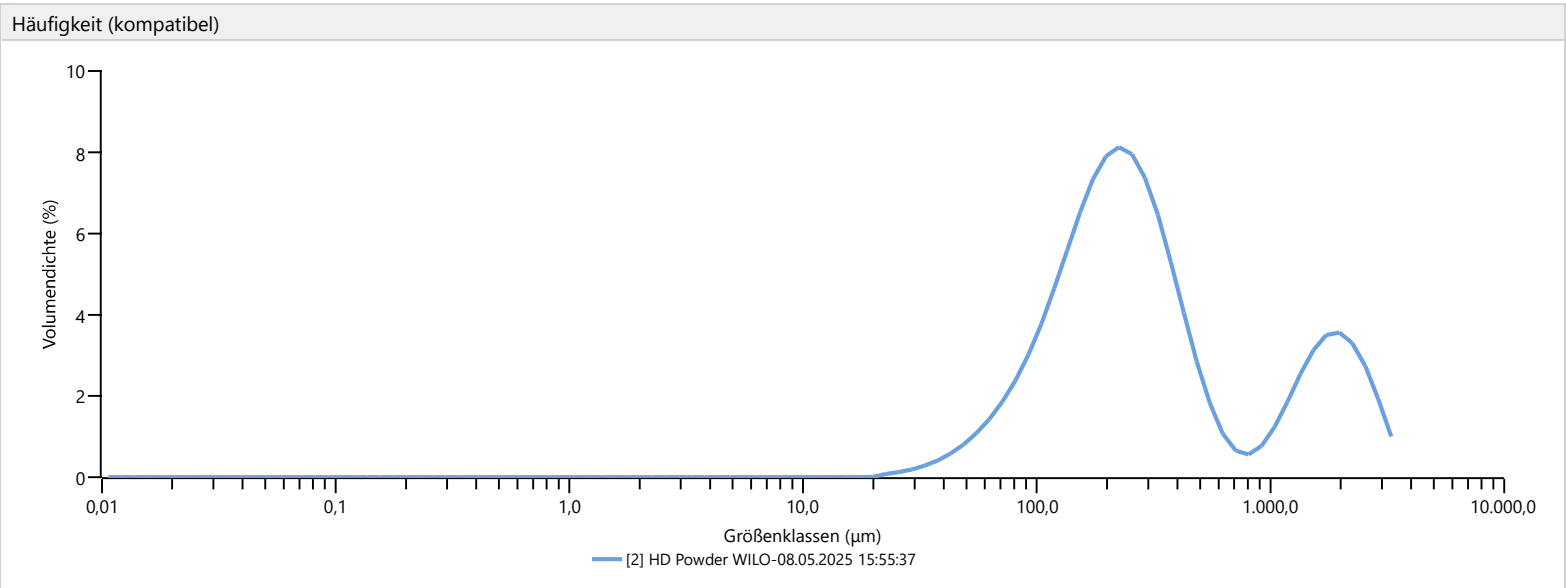

Ergebnis													
Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In
0,0100	0,00	0,0597	0,00	0,357	0,00	2,13	0,00	12,7	0,00	76,0	1,98	454	2,37
0,0114	0,00	0,0679	0,00	0,405	0,00	2,42	0,00	14,5	0,00	86,4	2,50	516	1,51
0,0129	0,00	0,0771	0,00	0,460	0,00	2,75	0,00	16,4	0,00	98,1	3,14	586	0,88
0,0147	0,00	0,0876	0,00	0,523	0,00	3,12	0,00	18,7	0,00	111	3,87	666	0,52
0,0167	0,00	0,0995	0,00	0,594	0,00	3,55	0,00	21,2	0,07	127	4,66	756	0,45
0,0189	0,00	0,113	0,00	0,675	0,00	4,03	0,00	24,1	0,10	144	5,45	859	0,62
0,0215	0,00	0,128	0,00	0,767	0,00	4,58	0,00	27,4	0,15	163	6,13	976	1,02
0,0244	0,00	0,146	0,00	0,872	0,00	5,21	0,00	31,1	0,23	186	6,61	1110	1,55
0,0278	0,00	0,166	0,00	0,991	0,00	5,92	0,00	35,3	0,34	211	6,81	1260	2,12
0,0315	0,00	0,188	0,00	1,13	0,00	6,72	0,00	40,1	0,48	240	6,66	1430	2,62
0,0358	0,00	0,214	0,00	1,28	0,00	7,64	0,00	45,6	0,67	272	6,18	1630	2,94
0,0407	0,00	0,243	0,00	1,45	0,00	8,68	0,00	51,8	0,90	310	5,40	1850	2,99
0,0463	0,00	0,276	0,00	1,65	0,00	9,86	0,00	58,9	1,19	352	4,43	2100	2,77
0,0526	0,00	0,314	0,00	1,88	0,00	11,2	0,00	66,9	1,54	400	3,38	2390	2,29