

MATERIAL DA PEÇA - é cota de aceite, não é sugestão

AÇO 1045

SAE J404 / EN 10083-2

aço 1045, barra forjada, fibra no eixo, condição de entrega normalizada (<= 220 HB).


DUREZA E TRATAMENTO NA FENDA

Corpo revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 µm, se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) - escolha da fábrica, declarada no relatório

O QUE NÃO PODE MUDAR


Sem PVD, sem DLC, sem qualquer revestimento: 10 µm mudam a espessura do produto. Troca de aço só com desenho novo assinado por nós. Aço carbono SAE 1045 (EN C45E) - decisão do dono em 2026-09-22, substitui o 1.2344 da proposta. O certificado EN 10204 3.1 do lote e o relatório de dureza vão com a peça.

MATRIZ JONATHA v27.0 · rev. 29 - MEIA-SEÇÃO NO PLANO DA ABERTURA
o funil fecha de Ø75,60 (Z 0,00) até a fenda 75,00 × 1,500 (Z 99,00)

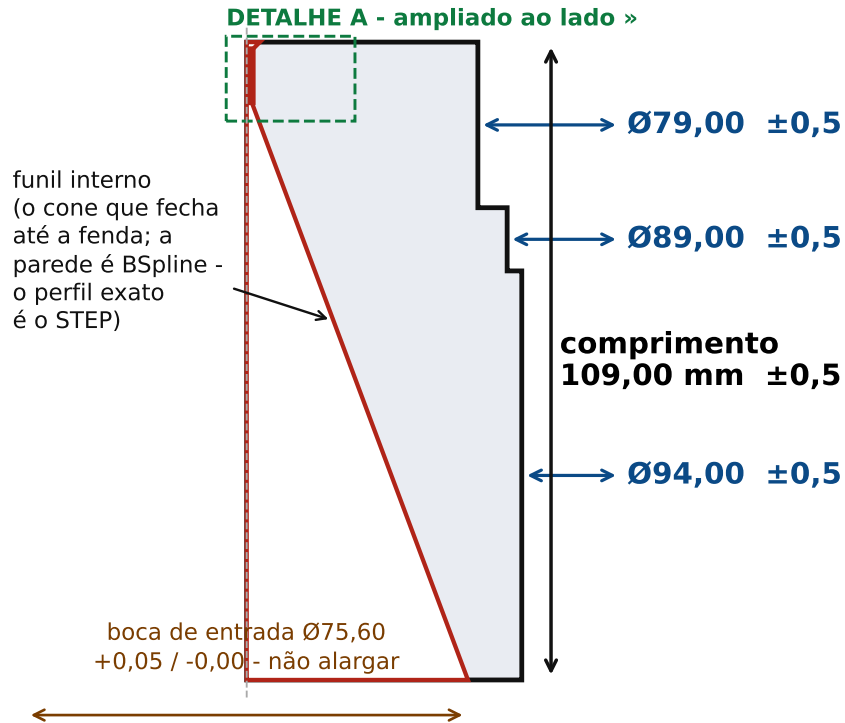


DETALHE A - fim do canal, ~ 4x

ABERTURA DA FENDA
1,500 mm
+0,010 / -0,000

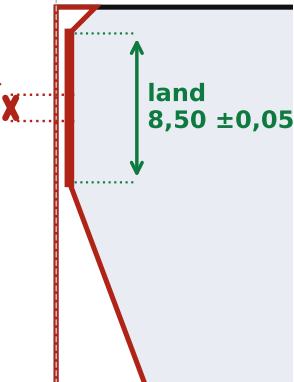

face de saída (Z 109,00)
o que o produto vê

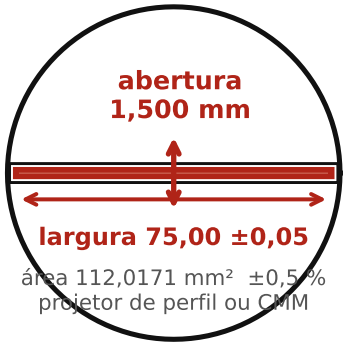

land 8,50 ±0,05: a parede paralela que calibra a espessura · chanfro 1,50 × 45° na face de saída · R 0,75 nas duas pontas da fenda, aresta viva (sem raio na quina) · fenda aberta a fio EDM depois do tratamento térmico, com a abertura medida antes e depois

REGRAS DA PEÇA - valem tanto quanto as cotas
ORDEM (não inverter)

T.T. do corpo » retífica do land » fio EDM do canal pela boca de Ø75,60 (um lado só) » remover camada REC >= 0,02 mm » tratamento de superfície » medição final. Medir a abertura ANTES e DEPOIS do tratamento: 8 a 18 µm de camada comem 0,016 a 0,036 mm da tolerância de 0,010; se fechar abaixo de 1,500 mm, passar o fio de novo.

PROIBIDO

Flange, furo de fixação, rosca, pino e linha de partição - a peça é 1 sólido e o aperto é pelo collete EX-031 e pelo degrau do furo do cabeçote (elemento de aperto só no estoque, fora do envelope final). Não alargar a boca de entrada Ø75,60. Não acertar a fenda com raio na quina nem com polimento transversal. Sem outro aço, sem outro revestimento.

ACEITAÇÃO

Comprimento 109,00 ±0,5 com a face de saída ralada no fim (protrusão na montagem: 14,00 mm). Coaxialidade Ø0,02 nos 3 estágios (datum A = Ø94,00). Face de saída: planeza 0,01 e perpendicularidade 0,01 em A. Canal e land: Ra <= 0,4 µm, polido no sentido da extrusão. Rebarba <= 0,1 × 45°. Marcação a laser na traseira. Relatório dimensional de todas as cotas desta folha.