


MATRIZ JONATHA v27.0 · rev. 29 - MEIA-SEÇÃO NO PLANO DA ABERTURA

o funil fecha de Ø75,60 (Z 0,00) até a fenda 75,00 × 1,500 mm no land (Z 99,00) - o perfil exato é a superfície BSpline do STEP
O STEP é a definição; esta folha é a régua de aceitação.

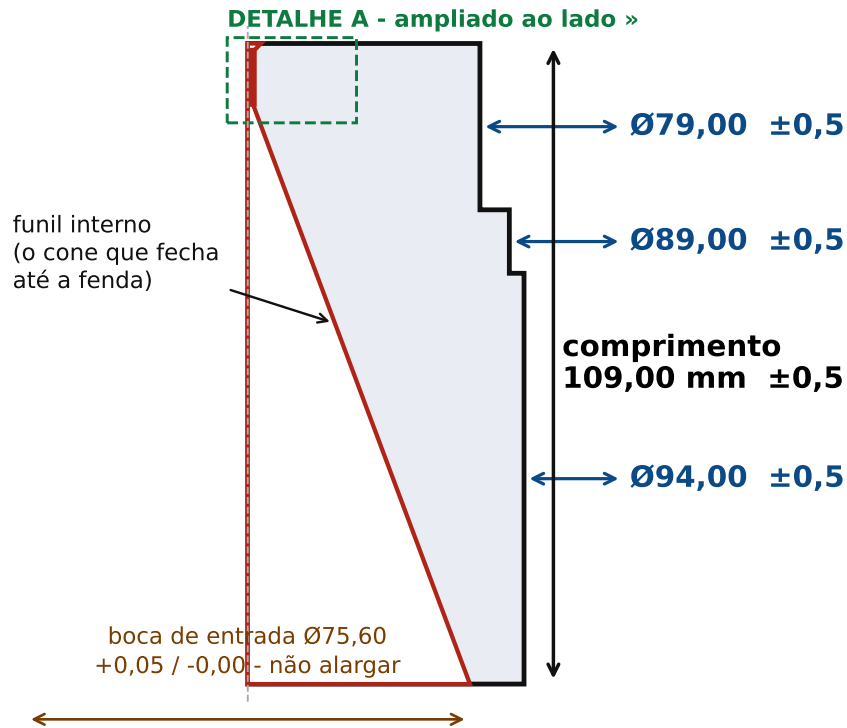

DETALHE A - fim do canal, ~ 4x

ABERTURA DA FENDA
1,500 mm
+0,010 / -0,000



face de saída (Z 109,00)
o que o produto vê



land 8,50 ±0,05: a parede paralela que calibra a espessura · chanfro 1,50 × 45° na face de saída · R 0,75 nas duas pontas da fenda, aresta viva (sem raio na quina) · fenda aberta a fio EDM depois do tratamento térmico, com a abertura medida antes e depois

REGRAS DA PEÇA - valem tanto quanto as cotas

ATO E DUREZA

1045 forjado, fibra no eixo. Corpo revenido 30 a 36 HRC. Land 55 a 60 HRC por indução (0,6 a 1,0 mm) ou nitretação a plasma 600 a 700 HV0,2 - escolha da fábrica, declarada no relatório. Sem PVD, sem DLC: 10 µm mudam a espessura do produto.

ORDEM (não inverter)

T.T. do corpo » retífica do land » fio EDM do canal pela boca de Ø75,60 (um lado só) » remover camada REC >= 0,02 mm » tratamento de superfície » medição final. Medir a abertura ANTES e DEPOIS do tratamento: 8 a 18 µm de camada comem 0,016 a 0,036 mm da tolerância de 0,010; se fechar abaixo de 1,500 mm, passar o fio de novo.

PROIBIDO

Flange, furo de fixação, rosca, pino e linha de partição - a peça é 1 sólido e o aperto é pelo collete EX-031 e pelo degrau do furo do cabeçote (elemento de aperto só no estoque, fora do envelope final). Não alargar a boca de entrada Ø75,60. Não acertar a fenda com raio na quina nem com polimento transversal.

ACEITAÇÃO

Comprimento 109,00 ±0,5 com a face de saída ralada no fim (protrusão na montagem: 14,00 mm). Coaxialidade Ø0,02 nos 3 estágios (datum A = Ø94,00). Face de saída: planeza 0,01 e perpendicularidade 0,01 em A. Canal e land: Ra <= 0,4 µm, polido no sentido da extrusão. Rebarba <= 0,1 × 45°. Marcação a laser na traseira. Certificado EN 10204 3.1 + relatório dimensional desta folha.