

Magnetisme

Ivar Svalheim Haugerud
Universitetet i Oslo

(Dated: 11. mai 2018)

Abstract. Magnetisme er kult, Skår er tøff.

I. INTRODUKSJON

Magnetisme er et fenomen mennsker har vist om, og utnyttet i lang tid. Thales fra Milet kjent til de magnetiske egenskapene til magnetjernstein [3], mer enn 500 år før kristus. En anvendelsen av magnet ble ikke funnet før på 800-tallet, for å navigere med kompass. Det tok 1000 år til før en beskrivelse av magneter ved Faraday og Maxwell, som virkelig tok anvendelsen til en ny skala. Fysikeres forståelse av magnetisme har gjort mulig den teknologiske revolusjonen som påvirker dagliglivet vårt. Datamaskinen jeg skriver dette på ville ikke fungert uten anvendelsen av magnetisme på en liten skala. Elektriske motorer, generatorer, medisinsk teknologi og mobiltelefoner er bare noen få eksempler på anvendelser av magnetisme. Selv om magnetisme er en anvendelig teori, er det også en fundamental teori. Det er bevegelsen av ladde partikler som danner magnetiske felt, og ladde partikler en del av de fleste fysiske teorier. Forståelse vår av magneter er ikke fullført, og det forskes fortsatt på magnetiske egenskaper i materialer, superledere, som har svært spesielle magnetiske egenskaper, innen medisinsk forskning, og mye mer. I denne rapporten er det fokus på magnetismens effekt, i og av, materialer. Og dette skal vi studere ved å gjennomføre eksperimentelle målinger, og teste målingene opp mot teori innfor elektromagnetisme.

Eksperimentet i denne rapporten ble gjennomført i håp om å forstå forskjellige egenskaper til diamagneter og ferromagneter, og måle magnetismens innvirkning på lys. For å gjøre dette ble det gjennomført eksperimentelle målinger, som består av tre forskjellige hoveddeler. Først ønsker vi å beregne den magnetiske susceptibiliteten til en vismutstang ved å bruke et eksternt magnetfelt, og måle den magnetiske krafen som virker på vismutstangen. Deretter skal vi studere ferromagnetiske materialer ved å måle magnetiseringen av jern med to forskjellige utgangspunkter. Tilslutt skal vi studere Faraday-effekten, hvordan polarisert, monokromatisk, lys endrer polarisasjonsvinkel av å bevege seg gjennom et ytre magnetfelt. Disse eksperimentene skal gi oss en innsikt i magnetiske materialer, og deres innvirkning på lys.

II. TEORI

Hele den klassiske elektromagnetismen kan beskrives ved hjelp av fire partsielle differensiallikninger. Disse likningene beskriver elektriske \mathbf{E} og magnetiske \mathbf{B} felt, og forklarer Lorentz kraften, klassisk optikk og elektriske kretser. Likningene kan skrives på flere måter, og på flere former. I denne rapporten velger vi å bruke følgende:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (4)$$

I likningene er ρ den elektriske tettheten, og ϵ er permittiviteten, som beskriver motstanden et medie har mot et påtrykt elektrisk felt. I disse likningene brukes ϵ_0 , som er en naturkonstant, som angir permittiviteten i vakum. μ er et mål på materialers evne til å magnetiseres av et ytre påtrykket magnetfelt. I disse likningene brukes vakuumpermeabiliteten μ_0 som er en naturkonstant, som angir permeabiliteten i vakum. Permeabiliteten i et materialet kan skrives som produktet av vakuumpermeabiliteten, og den relative permeabiliteten μ_r . Fra dette kan en få den dimensjonsløse verdien magnetiske susceptibiliteten $\chi = \mu_r - 1$. Den magnetiske susceptibiliteten forteller oss hvordan materialet blir magnetisert av et ytre påtrykt magnetisk felt, og brukes til å klassifisere hva slags magnetisk materialet vi ser på. \mathbf{J} beskriver strømtetthet, det vil si elektrisk strøm I gjennom et flateareal A .

Maxwell's likninger kan også skrives ved \mathbf{H} -feltet istedenfor \mathbf{B} -feltet. Hvor \mathbf{B} -feltet representerer den totale magnetiske flukstettheten, fra alle kilder, men \mathbf{H} -feltet bare magnetfelt fra frie strømmer, og derfor ikke fra magnetisering til materialer \mathbf{M} . Definisjonen av \mathbf{H} -feltet blir da

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}, \quad (5)$$

Maxwell's likninger kobler sammen elektriske og magnetiske felt. Magnetiske felt stammer fra elektrisk ladde partikler i bevegelse. Elektronet har også en egen spinn, som gjør at elektronet kan sees på som et di-

pol. I atomer beveger elektroner seg i bane rundt atomet, og danner et magnetfelt fra angulærmomentet. Hvordan angulærmomentet til de forskjellige elektroner rundt materialet er satt sammen, avgjør de magnetiske egenskapene til materialet atomet består av. Dette resulterer i forskjellige typer magnetiske materialer: diamagnetiske, paramagnetiske og ferromagnetiske.

A. Diamagnetisme

De aller fleste materialer er ikke magnetiske. Slike materialer kaller vi for diamagnetiske materialer, som klasifiseres ved at de ikke er magnetiske, uten en ytre påvirkning. Diamagnetiske materialer kan bli magnetisert ved å påtrykke et ytre magnetfelt, som deformerer elektronorbitalene. Ved Lenz regel vil dette generere et magnetfelt som motsetter seg forandringen av feltstyrken. Dette betyr at diamagnetiske materialer danner et magnetfelt som motsetter seg det ytre påtrykte magnetfeltet, derfor er den magnetiske susceptibiliteten til diamagnetiske materialer negativ $\chi < 0$. Lenz regel gjelder for alle atomer, og følgelig alle materialer, men denne effekten er svært liten iforhold til andre magnetiske effekter. Selv om dette er en liten effekt er den viktig, siden dette gjelder alle materialer. Det kan vises, med utgangspunkt i potensiell energi for en magnetisk dipol, med dipolmoment μ , i et magnetfelt, at den magnetiske kraften som virker er gitt av

$$F_z = -\frac{\chi}{2\mu_0} A (B_1^2 - B_2^2). \quad (6)$$

Hvor B_1 og B_2 er magnetfeltet på tvers av symetriaksen til stangen, i henholdsvis bunn og toppen av stangen, og A er tverrsnittsarealet. Dette kan løses for susceptibiliteten, og skrives som

$$\chi = \frac{2\mu_0 F_z}{B_1^2 - B_2^2}. \quad (7)$$

Under eksperimentet er det to forandringer ved denne funksjonen vi ønsker å teste konsekvensene av. Vi ønsker å studere hvordan susceptibiliteten endrer seg ved å anta et lineært forhold mellom kraften F_z og susceptibiliteten, slik at susceptibiliteten kan skrives som

$$\chi = \frac{2\mu_0 F_z}{B_1 - B_2}. \quad (8)$$

Vi ønsker også å se om tilnærmingen $B_2 = 0$ T er en god tilnærming under beregningen av χ . Det kan vises at endringen i susceptibiliteten $\Delta\chi$ ved å anta $B_2 = 0$ T er gitt av

$$\frac{\Delta\chi}{\chi} = \frac{B_2^2}{B_1^2}. \quad (9)$$

Dette uttrykket kan vi bruke for å teste om tilnærmingen $B_2 = 0$ er god eller ikke.

B. Paramagnetisme og ferromagnetisme

I diamagnetiske materialer kanselerte spinnet til elektronene slik at netto angulært moment er tilnærmet null. For andre materialer, hvor spinnet til elektronene ikke kanselerer hverandre, vil bevegelsen til elektronene danne et netto magnetisk moment. Er den gjennomsnittlige orienteringen til atomenes magnetfelt i en bestemt retning, vil summen av alle magnetfeltene danne et magnetisk felt som kan merkes utenfor mediet. Dette betyr at materialet er *magnetisert*, som beskrives med paramteren \mathbf{M} . Materialer som oppfører seg slik klasseifiseres som paramagnetiske og ferromagnetiske materialer.

Paramagnetiske materialer vil ikke kunne danne et magnetfelt alene, og klarer det kun fra et ytre påtrykt magnetisk felt. Det ytre påtrykte magnetfelt vil få alle de magnetiske dipolene i materialet til å rette seg i samme retning. Fjernes feltet vil orienteringen bli tilfeldig igjen, og materialet vil ikke lenger danne et magnetisk felt. Magnetiseringen av materialet er omtrent proporsjonalt med styrken på det ytre påtrykte magnetfeltet \mathbf{H} , $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}$, hvor den magnetiske susceptibiliteten $0 < \chi \ll 1$. En paramagnet forsterker det påtrykte magnetfeltet.

Ferromagnetiske materialer oppfører seg som paramagnetiske materialer, men størrelsen på magnetiseringen er mye større. Forsterkningen av det ytre påtrykte magnetfeltet kan være opp mot en faktor 10000 sterkere [4]. Den sterke magnetiseringen fører til at de atomære dipolene klarer å oppretholde magnetfeltet sitt, etter at det ytre magnetfeltet er fjernet. Dette betyr at man kan lage en permanentmagnet ved å magnetisere et ferromagnetisk materiale. For ferromagneter er den magnetiske susceptibiliteten ikke en materialkonstant. Det er ikke et lineært forhold mellom det ytre påtrykte magnetfeltet og den magnetiske susceptibiliteten, susceptibiliteten er avhengig av geometrien og retningen til materialet, og styrken på det påtrykte magnetfeltet.

For å avmagnetisere et ferromagnetisk materiale trengs det et magnetisk felt, styrken på magnetfeltet som trengs kalles avmagnetiseringsfeltet \mathbf{H}_d , er gitt av

$$H_{i,d} = D_i M_i, \quad (10)$$

for ellipsoider med uniform magnetisering. I likningen representerer indeksen i en retning (x, y, z) , og D_i er avmagnetiseringsfaktoren. Avmagnetiseringsfaktoren kan beregnes analytisk fra å vite formen på ellipsoiden. Formen på ellipsoiden kan klassifiseres ved ett tall, eksentrisiteten ϵ , som er gitt av

$$\epsilon = \sqrt{1 - \frac{1}{f^2}}, \quad (11)$$

hvor f er gitt av

$$f = \frac{a_{\parallel}}{a_{\perp}}. \quad (12)$$

I likningene er a_{\parallel} lengden parallelt med rotasjonsaksen til ellipsoiden, og a_{\perp} er lengden til ellipsoiden ortogonalt på rotasjonsaksen. Fra å vite eksentrisiteten til ellipsoiden kan en beregne avmagnetiseringsfaktoren parallelt med D_{\parallel} , og ortogonalt på D_{\perp} , rotasjonsaksen

$$D_{\parallel} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon^2}\right) \left(1 - \frac{1}{2\epsilon} \ln \left(\frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}\right)\right) \quad (13)$$

$$D_{\perp} = \frac{1 - D_{\parallel}}{2} \quad (14)$$

Det er ikke mulig å måle \mathbf{H} , eller \mathbf{M} -feltet, det eneste vi kan måle er magnetisk flukstetthet \mathbf{B} . Og vi kan ikke finne et analytisk uttrykk for hvordan den magnetiske flukstettheten B varier med den opprinnelige flukstettheten B_0 , kan vi finne en øvre og nedre grense for styrken på den magnetiske flukstettheten

$$B_0 < B_i < \frac{B_i}{D_i}, \quad (15)$$

hvor indeksen i viser til symetriaksen til jernklumpen er parallell med eller ortogonalt på retningen til magnetfeltet.

Under eksperimentet kommer magneten til å bli plassert i en spole med N vinninger, og lengde L , med en strøm I som går gjennom. Da vil den magnetiske flukstettheten i sentrum av spolen være gitt av

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L}. \quad (16)$$

Den teoretiske verdien kan vi teste mot målingene vi gjør av den magnetiske flukstettheten under eksperimentet. Dette betyr at styrken på H -feltet generert av samme spole er gitt av

$$H = \frac{N I}{L}. \quad (17)$$

I eksperimentet kommer vi til å måle den magnetiske flukstettheten på en mer direkte måte ved å studere magnetiseringen av jern. For å gjøre dette kommer vi til å bruke en spenningsgenerator som gir oss integralet av forskjellen i elektrisk potensial ϵ , mellom endepunktene til en sekundærspole, som ligger inne i en primærspole,

$$\Delta S = \frac{1}{\kappa} \int_{t_0}^t \epsilon d\tau, \quad (18)$$

hvor κ er en kalibreringskonstant. Spenningen over strømsløyen vil generere et tidsvarierende magnetfelt

fra Faraday's induksjonslov (3). Fra å integrere Faraday's induksjonslov (3) finner man en lineær sammenheng mellom endringen av magnetisk fluks $\Delta\Phi$ og utslaget til spenningsgeneratoren ΔS . Fra å vite tverrsnittsarealet A , og antall vindinger n til sekundærspolen, kan en da beregne endringen i magnetisk flukstetthet

$$\Delta B = \frac{\kappa \Delta S}{n A}. \quad (19)$$

C. Faraday effekten

Faradayeffekten er et magneto-optisk fenomen hvor et plan av polarisert lys blir polarisert av å bevege seg gjennom et medium som er i et magnetisk felt. Mengden lyset blir polarisert er et produkt av lengden til mediet det reiser gjennom, L , styrken på magnetfeltet i mediet, B , og en proporsjonalitetskonstant som kalles *Verdet-konstanten*, V . Med dette blir uttrykket for polarisasjonsvinkelen

$$\theta(B, L, \lambda) = V(\lambda) L B. \quad (20)$$

Verdet-konstanten er uavhengig av lengden til krystallen og magnetfeltet, men er avhengig av bølgelengden, λ , til lyset, og er følgelig bare en konstant for bestemte bølgelengder.

Årsaken til Faraday effekten har sine røtter i den kvantemekaniske verden, men kan forklares, på et grunnleggende nivå, ved hjelp av klassisk elektrodynamikk. Elektrodynamikken spår at verdet-konstanten er en funksjon av bølgelengden til lyset, i vakuum, og den deriverte av brytningsindeksen, n over bølgelengden til lyset [?].

$$V = \frac{e\lambda}{2m_e c} \frac{dn}{d\lambda}. \quad (21)$$

I likningen er e elementærladningen, m_e massen til et elektron, og c lyshastigheten i vakuum. Ved å finne en verdi for brytningsindeksen til flintglass som en funksjon av bølgelengden kan vi sammenlikne vår eksperimentelle verdi med hva den elektrodynamiske teorien forutsier. Brytningsindeksen til flintglass, som en funksjon av bølgelengde, blir oppgitt av samme kilde til å være

$$n = 1.56 + \frac{8083.6}{\lambda^2}. \quad (22)$$

En annen kilde bruker at verdet-konstanten er gitt av

$$V = \frac{2be}{m_e c \lambda^2}, \quad (23)$$

hvor $b = 8920 \text{ m}^2$. Disse to uttrykkene ønsker vi å sammenlikne med den eksperimentelle verdien for verdet-konstanten.

D. Usikkerhet

Når vi regner med størrelser med usikkerhet, må usikkerheten følge videre fram til svaret. For å gjøre dette bruker vi regneregler for usikkerheter [5]. Hvor usikkerheten i $Z = A + B$ er gitt av

$$\Delta Z = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2},$$

hvor usikkerheten til størrelsene blir vist som Δ foran størrelsen. For produktet mellom to størrelser $Z = A \cdot B$, blir usikkerheten gitt av

$$\Delta Z = Z \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}.$$

Når det kommer til logaritmer $Z = \log A$, er usikkerhet gitt av

$$\Delta Z = \frac{\Delta A}{A}.$$

Disse tre tregnereglene kombinerer vi gjennom hele oppgaven for beregning av usikkerhetene. Usikkerheten i en enkelt målinger finner vi fra databladet til måleapparatet brukt under målingen. Under beregning av stigningstall, med usikkerhet, bruker vi fremgangsmåten gitt av G. L. Squires [5]. For flere målinger av samme verdi tar vi hensyn til målingen av hver enkelt måling, og spredningen til målesettet.

Under eksperimentet kommer vi til å teste om flere av de målte verdiene våre stemmer overens med teoretiske prediksjoner. Vi forventer ikke at differansen mellom den teoretiske og eksperimentelle verdien er null, grunnet måleusikkerheter. Men vi ønsker at differansen D skal være mindre enn usikkerheten i differansen Δ_D . For at vi skal ha *overenstemmelse innenfor måleusikkerhetene* må differansen til den eksperimentelt målte verdien, og den forventet teoretisk verdien, tilfredstille

$$D < \Delta_D, \quad (24)$$

der

$$\Delta_D = \sqrt{\Delta E_1^2 + \Delta E_2^2}. \quad (25)$$


Hvor ΔE_1 og ΔE_2 er usikkerheten til den eksperimentelle og teoretiske verdien. Hvis målingene våre tilfredsstiller denne ulikheten kommer årsaken til differansen D mest sannsynlig fra usikkerheter i målemetoden og tilfeldige feil.

III. EKSPERIMENTELT

A. Diamagnetisme

Vismut, som er det mest diamagnetiske metallet vi kjenner til. I dette eksperimentet ønsker vi å bestemme den magnetiske susceptibiliteten χ til en vismut

stang. Dette gjøres ved å plasere en vismut stang i et homogent magnetfelt, og måle kraften som virker på vismut stangen. En illustrasjon av det eksperimentelle oppsettet er vist i figur 1. For å genere et magnetfelt ble det brukt to elektriske spoler på hver side av vismutstangen, som en ser i figur 1. På denne måten kunne vi variere strømmen i kretsen for å variere styrken på magnetfeltet. Vismutstangen ble plassert i magnetfeltet slik at bunden av stangen var i sentrum av de to spolene, slik en kan se i figuren. Under eksperimentet

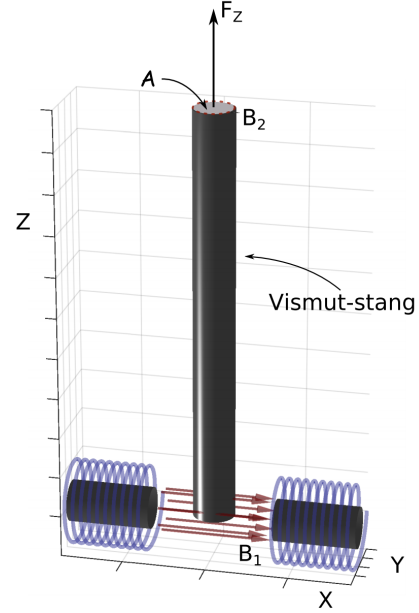

Figur 1: Illustrasjon av vismutstang i magnetfelt brukt for å måle magnetisk susceptibilitet i vismut. I figuren ser vi de forskjellige størrelsene som trengs å måle under eksperimentet, B_1 , B_2 , A og F_z , til å kunne beregne susceptibiliteten. De blå sirkelene representerer strømspolen som generer magnetfeltet. Figuren er hentet fra [4].

varierte vi strømmen i kretsen fra 0 A til 2.4 A, med en lineær økning på 0.2 A. Størrelsen til den magnetiske kraften som virker på vismut staven er gitt av (6), som gjør at vi trenger å måle tverrsnittsarealet, kraften, og magnetfeltet for å kunne beregne susceptibiliteten. Tverrsnittsarealet beregnes ved å måle diameteren til stangen med et skyvelær. Målingen av diameteren ble gjort på flere punkter langs vismutstangen, itilfellet at tverrsnittsarealet ikke var konstant. Magnetfeltet måles uten at vismut staven er i magnetfeltet, ved å feste en hall-sonde, og lese av målingen til hall-sonden mens vi varierer strømstyrken. Dette måtte gjøres to ganger, med to forskjellige festinger, for å måle både B_1 og B_2 .


Vismutstangen er festet i et tau, dette tauet festes i en krok. Denne kroken hviler på en presisjonsvekt. På grunn av retningen til magnetfeltet vet vi at retningen

på den magnetiske kraften. Fra dette kan vi nullstille vekten, og lese av endringen i vekt som funksjon av strømstyrke, som gjør at vi kan beregne F_z som en funksjon av strømstyrken.

B. Ferromagnetisme

I denne delen av eksperimentet ønsker vi å undersøke de magnetiske egenskapene til jern på to forskjellige måter. Først ønsker vi å studere jernklumper inn i en spole, og deretter studere hysteresetap til en jernsylinder.

Først skal vi gjøre målinger på fire forskjellige jernklumper med ulik geometri inne i en stor spole, som generer et tilnærmet homogent magnetfelt på innsiden. Spolen har 244 vindinger, og en lengde på 275 mm. Jernklumpene har fire forskjellige geometrier vi ønsker å studere: kule, stang, ellipsoidal og skive. En illustrasjon av oppsettet brukt under eksperimentet er vist i figur 2 på neste side. Før vi gjør målinger

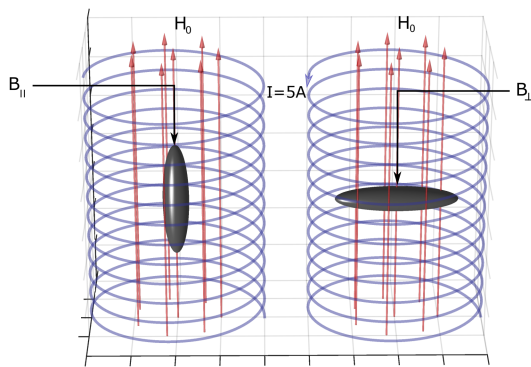

Figur 2: Illustrasjon av ellipsoidal jernklump inne i en spole. I figuren er det vist med rotasjonsaksen til jernklumpen parallelt med magnetfelt (venstre), og rotasjonsaksen til jernklumpen ortogonalt på magnetfeltet (høyre). De røde linjene viser retningen på magnetfeltet, og de blå linjene viser spolen som jernklumpen blir plassert i. Figuren er hentet fra [4].

med jernklumpene inne i spolen måler vi magnetfeltet inne i spolen, når det går en strøm på 5 A, forskjellige steder i spolen. Dette blir gjort ved hjelp av en hall-sonde. Under målingene passer vi på at hallsonden står normalt på magnetfeltet, for å få mest presise målinger.

For å ha jernklumpene i sentrum av spolen blir det brukt plastikkstativ som plasseres inne i spolen. Vi gjentar derfor målingene av magnetfeltet med hallsonden, men nå med plastikkstativet for å teste om dette påvirker magnetfeltet inne i spolen. For å vite eksentrisiteten til de fire geometriske formene gjorde vi målinger av lengden til objektene langs, og på tvers av, rotasjonsaksene, med skyvelær. Fra disse verdiene


kunne vi beregne eksentrisiteten ved (11).

Deretter ble det gjennomført målinger av magnetfeltet på overflaten til hver av de fire jernklumpene, mens de var plassert i spolen, med strømmen til spolen på. Målingene ble gjort for hver av klumpene med rotasjonsaksen parallelt med magnetfeltet, og rotasjonsaksen ortogonalt på magnetfeltet. På grunn av lengden til ellipsoiden fikk den ikke plass med rotasjonsaksen ortogonalt på magnetfeltet.

Vi ønsker nå å se på de magnetiske egenskapene til jern ved å studere hysteresekurver. For å gjøre dette plasserer bruker vi en lang jernstang med en spole, sekundærspolen, tvunnet rundt seg. Jernstangen, med sekundærspolen rundt, skal plasseres inne i primærspolen. Primærspolen er koblet til en spenningsgenerator. Spenningsintegratoren gir oss integralet av forskjellen i elektrisk potensial, mellom endepunktene av sekundærspolen, som er gitt av (18). Faraday's induksjonslov (2), gir oss en kobling mellom spenningsforskjellen over en strømsløyfe, og endringen av den magnetiske flukstetthet over tid. Måleapparatet og spenningsgeneratoren er koblet til en dataakquisisjonsboks, som gjør at vi får målingene for styrken til spenningsgeneratoren S som en funksjon av strømmen I , direkte inn på datamaskinen. Fra datamaskinen kan vi da beregne verdien for ΔS , og ved likning (19), beregne endringen i den magnetiske flukstettheten. For å gjøre dette trenger vi å vite antall vinninger, tverrsnittsarealet til sekundærspolen, og kalibreringskonstanten. All denne informasjonen vet vi fra laborieutstyret. Under eksperimentet studerer vi hysteresekurvene på datamaskinen, mens vi endrer strømstyrken i primærspolen fra 0 A til 2.4 A, med en lineær økning på 0.2 A.

C. Faraday effekten

Faraday effekten viser at lys og magnetiske er knyttet til hverandre. I denne delen av eksperimentet ser vi på effekten magnetfelt har på lys med tre forskjellige bølgelengder, $\lambda = 440, 580, 595$ nm. Et figur av det eksperimentelle oppsettet er vist i figur 3. For å måle Faraday-effekten gjør vi ved å bruke optiske filtere, som bare slipper gjennom noen ønskede bølgelengder, dette gjør lyset tilnærmet monokromatisk. Videre trenger vi to polarisasjonsfiltere, som plasseres på hver sin side av flintglasset. Når de to polarisasjonsfilterene står 90° på hverandre, og det ikke er noe magnetfelt, skal en ikke kunne se noe lys gjennom polarisasjonsfilterene. Ved å endre på styrken på magnetfeltet, ved å endre på strømmen som inducerer et magnetfelt, ønsker vi å finne hvilken dreiningsvinkel til polarisasjonsfilteret som filtrer alt lyset. Målingene blir gjort med magnetfeltet peke i begge retninger. For å finne forholdet mellom dreiningsvinkelen θ og styrken på magnetfeltet B , samt vite lengden av flintglasset L kan vi beregne verdien konstanten

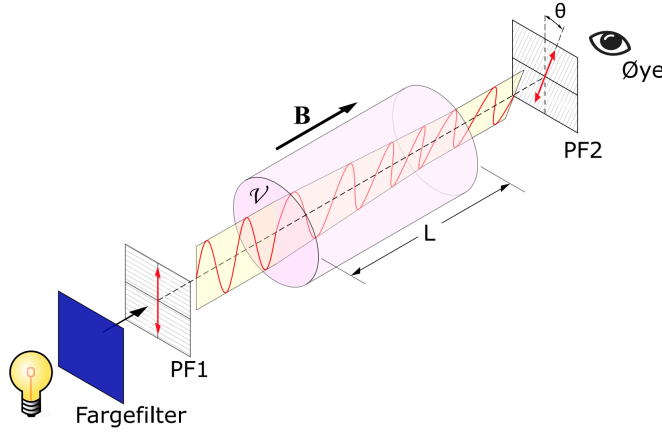

Figur 3: Illustrasjon av eksperimentelt oppsett for å måle Faraday effekten. Fra venstre til høyre i figuren ser vi lyskilden som sender lys gjennom et fargegitter, som bare slipper gjennom ønskede farger. De monokromatiske bølgene som passerer gjennom fargefilteret går gjennom det første polarisasjonsfilteret, PF1. Det polariserte lyset beveger seg inn i flintglasset med lengde L , hvor det er et ytre magnetfelt i bevegelsesretningen til lyset. Før lyset treffer øyet må det passere gjennom det andre polarisasjonsfilteret, PF2. Ved å endre på dreiningsvinkelen θ vil en måle polarisasjonen til lyset ved å lete etter dreiningsvinkler som filtrer alt lyset. Fiugren er hentet fra [4].

fra likning (20). I eksperimentet økte vi strømstyrken med 0.5 A fra 0 A til 3.0 A, i både positiv og negativ strømretning. Styrken på magnetfeltet inne i flintglasset er en faktor 1.5 mindre enn styrken på magnetfeltet målt midt mellom spolene.

IV. RESULTATER

A. Diamagnetisme

Ved å måle diameteren til vismut prøven på fire forskjellige punkter måle vi 10.03 mm to steder, og 10.06 mm. Ved å ta hensyn til spredningen i disse målingene, og usikkerheten til skyvelæret brukt, finner vi at diameteren til vismut prøven er 10.05(3) mm. Dette resulterer i at tversnittet til vismutprøven er 79.3(2) mm².

Halvparten av målingene for strøm I , magnetfelt mellom spolene B_1 , magnetfelt ved toppen av vismutprøven B_2 , og kraften på vekten F_z , er vist i tabell I. Målingene av den magnetiske suceptibiliteten som funksjon av magnetfeltet mellom spolene er vist i figur 4. Fra å gjøre en vektet midling for suceptibiliteten over de syv målingene med høyest strøm, finner vi at $\chi = -1.57(8) \times 10^{-4}$. Verdiene brukt for å be-

Tabell I: Målinger av strøm I , magnetfelt mellom spolene B_1 , magnetfelt ved toppen av vismutprøven B_2 , og kraften på vekten F_z , for å beregne den magnetiske suceptibiliteten til vismutprøve.

Halvparten av målingene er vist i tabellen. Usikkerhetene i tabellen kommer henholdsvis fra databladet til strømgeneratoren, spredning og oppløsning til hallsonden, spredning og oppløsning til hallsonden, og databladet til vekten.

I [A]	B_1 [mT]	B_2 [mT]	F_z [mN]
0.000(3)	18.0(3)	0.4(1)	0.00(10)
0.400(7)	185(2)	1.2(1)	0.02(10)
0.80(1)	356(4)	2.0(1)	0.06(10)
1.20(2)	505(5)	2.3(1)	1.3(1)
1.60(2)	628(6)	2.4(1)	2.0(1)
2.00(5)	719(7)	2.5(1)	2.6(1)
2.40(5)	788(8)	2.3(1)	3.0(1)

regne suceptibiliteten, verdien funnet, og usikkerheten i denne verdien, er vist som et tynnt blått areal i figur 4. For å beregne suceptibiliteten har vi brukt en vektet midling under beregningen av gjennomsnittet over de siste målingene. Usikkerheten i verdien til suceptibiliteten kommer fra usikkerheten i målingene som oppgjør suceptibiliteten (6), og spredningen over suceptibiliteten som vi ser i figuren. I figuren inkluderer det også størrelsen til suceptibiliteten hadde forholdet mellom den magnetiske flukstettheten og kraften på vismutprøven vært lineær (8).


B. Ferromagnetisme

Vi ønsker nå å studere de magnetiske egenskapene til jern med ved å måle styrken på magnetfeltet, mens jernklumpen er plassert i en spole. For å sammenlikne resultatene med teori trenger vi de geometriske størrelsene til de fire jernklumpene vi skal se på. Det ble derfor gjennomført målinger av diameter og høyde med et skyvelær, resultatene er vist i tabell II på neste side. Ved å sende en konstant strøm på 5 A i sløyfen genereres det et magnetfelt inne i spolen. Vi målte at styrken til strømmen med et multimeter (fluke 45) til å være 5.00(1) A. Videre bruker vi en hallsonde til å måle styrken på magnetfeltet, over flere målinger finner vi at styrken på magnetfeltet er 5.04(4) mT, usikkerheten kommer fra spredningen i målingene. Magnetfeltet er ikke homogent i hele spolen. Magnetfeltet høyere i spolen, men i det radiale sentrum, var på 2.6(1) mT. I midten av spolens høyde måler vi at magnetfeltet er 4.8(1) mT halveis radie ut mot spolen, og 4.7(1) mT helt i kanten av spolen. Usikkerhetene kommer fra databladet til hallsonden.

Deretter ble det målt styrken på magnetfeltet med plastikkstativet inne i spolen. Endringen i styrken på magnetfeltet var innenfor usikkerheten til magnetfel-

Tabell II: I denne tabellen er det vist de geometriske størrelsene til jernklumpene, parallellt med rotasjonsakse (a_{\parallel}) og tangensialt på rotasjonsaksen (a_{\perp}). Fra disse måline kan en beregne avmagnetiseringsfaktoren parallellt med magnetfeltet (D_{\parallel}) og tangensialt på magnetfeltet (D_{\perp}). Usikkerheten til målingene kommer fra usikkerheten til skyvelæret, og usikkerheten til avmagnetiseringsfaktoren. Videre i tabellen vises styrken til magnetfeltet i kontakt med jernklumpen, når rotasjonsaksen til jernklumpen er parallell med magnetfeltet (B) og tangensialt på magnetfeltet ($B \perp$). Usikkerheten er beregnet fra databladet til hallsonden. For å teste teorien (15) inkluderer tabellen B_0/D_i , som indikerer øvre grense for B_i , hvor i enten indikerer parallell \parallel eller ortogonalt \perp .

Form	a_{\parallel} [cm]	a_{\perp} [cm]	D_{\parallel}	D_{\perp}	$B \parallel$ [mT]	$B \perp$ [mT]	B_0/D_{\parallel} [mT]	B_0/D_{\perp} [mT]
Skive	0.67(1)	5.99(2)	0.99(8)	0.005(4)	5.50(1)	17.58(4)	5.1(4)	1036(86)
Ellipsoide	21.8(2)	0.96(1)	0.055(8)	0.50(5)	50.5(1)	-	920(80)	10.1(8)
Sylinder	6.45(2)	0.98(1)	0.037(3)	0.48(4)	19.65(4)	7.74(2)	133(11)	10.5(9)
Kule	6.32(2)	6.32(2)	0.33(3)	0.33(3)	12.61(3)	12.61(3)	15(1)	15(1)

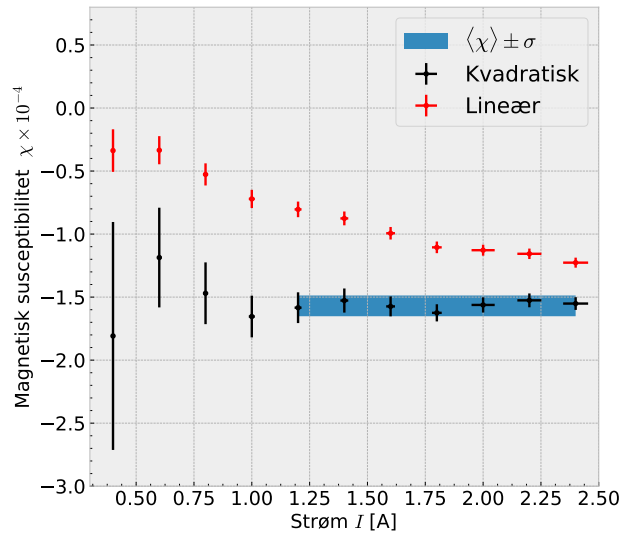

Figur 4: Den magnetiske susceptibiliteten χ som funksjon av strømmen I i spolene. De sorte målepunktene viser susceptibiliteten ved å bruke (6), og de røde viser susceptibiliteten ved å bruke (8). Det blå området i grafen viser gjennomsnittet, og spredningen i gjennomsnittet, til de siste 7 målepunktene, som viser oss at susceptibiliteten er $\chi = -1.57(8) \times 10^{-4}$. Gjennomsnittet er beregnet fra en vektet midling, og usikkerheten er beregnet fra usikkerheten i en enkelt måling, og usikkerheten i spredningen over gjennomsnittet.


tet. Plastikkstativet påvirker altså ikke magnetfeltet inne i spolen.

De fire jernklumpene ble plassert på plastikkstativet, inne i spolen, med strømmen på. Ved å måle styrken på magnetfeltet på overflaten til jernklumpen med en hallsonde rettet parallellt med feltet, fikk vi målingene vist i tabell II.


Vi kan også studere magnetfeltet rundt en jernklump ved å se på hysteresekurver. Under eksperimentet ble det brukt en sekundærspole med $n = 135$ vindinger, og en diameteren til sekundærspolen var, som gjør at arealet er $33(1) \text{ mm}^2$. Kalibreringskonstanten κ til spenningsgeneratoren var oppgitt til å være $1.01 \text{ } \mu\text{Wb}$. Fra disse verdiene kan vi beregne endringen i magnetfelt fra likning (18), det eneste som mangler er ΔS . Integralet fra spenningsgeneratoren ΔS ble vist gjennom koblingen til dataakvisasjonsboksen, som gjorde at vi fikk direkte målinger av integralet til spenningsgeneratoren. Det eneste som trenkte å endres var styrken på strømmen I . Styrken på magnetfeltet inne i sekundærspolen blir regnet ut ved likning (19), og er vist som en funksjon av strømmen i sekundærspolen i figur 5. Fra å vite størrelsen på strømmen i sekundærspolen kan vi beregne magnetiseringen av jernstangen, som sekundærspolen er tvinnet rundt. Magnetiseringen ønsker vi å vite som en funksjon av den ytre påtrykte strømmen H_0 , som vi kan beregne fra (17). Vi har all informasjon til å beregne H_0 , og vi har målingene for styrken på magnetfeltet B , som gjør at magnetiseringen er gitt ved likning (5). Forholdet mellom magnetiseringen M og H -feltet grunnet strømmen i spolen er vist i figur 6 på neste side.

C. Faraday-effekten

For å beregne verdet-konstanten ble det gjennomført målinger av polarisasjonsgraden til lys som funksjon av styrken på det ytre magnetfeltet. Disse målingene er vist i tabell III på neste side. Styrken på magnetfeltet avtar med en faktor 1.5 inne i flintglasset, dette er tatt hensyn til i tabellen, og under beregningen av stigningstallet. Fra å beregne stigningstallet til polarisasjonsvinkelen som funksjon av produktet mellom magnetfeltet og lengden på flintglasset (20) kunne vi beregne verdet-konstanten. Verdien til verdetkonstanten er vist for de tre forskjellige bølgelengdene er

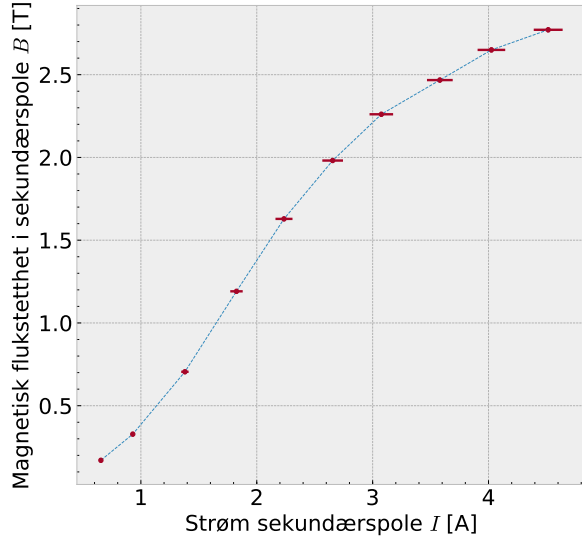

Figur 5: Styrken på det magnetiske feltet inne i sekundærspolen som funksjon av strømmen i sekundærspolen, som er indusert av strømmen i primærspolen. I figuren ser vi at det ikke er en lineær sammenheng mellom styrken på strømmen, og styrken på magnetfeltet.

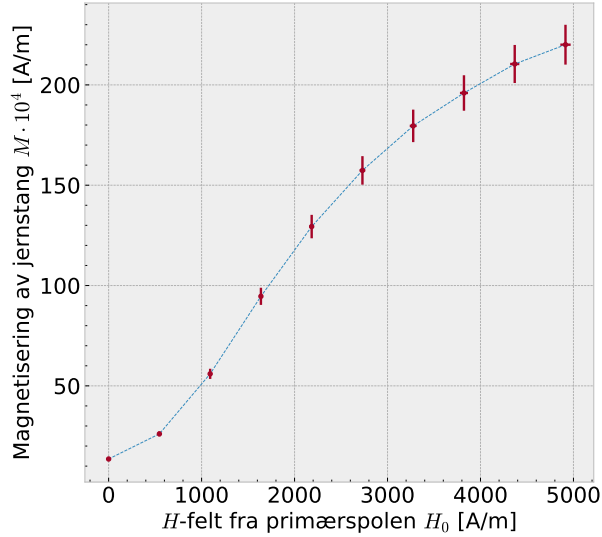

Figur 6: Magnetiseringen av jernsylinderen, med sekundærspolen tvunnet rundt, som en funksjon av H -feltet generert av primærspolen. Vi merker oss at denne figuren har samme form som styrken på magnetfeltet vist i figur 5 på forrige side.

vist i tabellen. Et sett av målinger er vist i figur 7. Fi-

Tabell III: I denne tabellen er det vist målt vinkel for θ [°], for forskjellig styrke i magnetfelt, og forskjellig strømretning. Usikkerheten i vinkelen er lik 0.3° for alle målinger, siden dette var oppløsningen til måleapparatet. Styrken på magnetfeltet vist i tabellen, er styrken inne i flintglasset. Fortegnet på vinkelen forteller oss om retningen på strømmen. Nederest i tabellen er det beregnet stigningstall for målepunktene i både negativ og positiv strømretning for hver bølgelengde. Usikkerheten i stigningstallet kommer av lineærregresjonen.

Bølgelengde λ [nm]	440		580		595	
B [mT]	Vinkel $\theta \pm 0.3$ [°]					
29(1)	1.8	-1.4	1.8	-1.4	2.0	-1.6
42(1)	2.8	-2.2	2.6	-2.0	2.8	-2.6
53(2)	3.8	-3.0	3.0	-2.8	3.6	-3.2
68(2)	4.2	-4.0	4.0	-3.4	4.4	-4.2
79(3)	5.2	-4.8	4.4	-4.0	5.2	-4.8
Stigningstall [k°/Tm]	2.0 \pm 0.1		2.1 \pm 0.1		1.8 \pm 0.1	


guren viser polarisasjonsvinkel θ som funksjon av produktet mellom magnetfelt og lengden på flintkrystallen. For målingene vist i figuren er det brukt lys med bølgelengde $\lambda = 580$ nm. Det skraverte området i figuren viser usikkerheten i stigningstallet, og den stiplede linjen viser gjennomsnittet til stigningstallet, som blir verdien for verdet konstanten ved denne bølgelengden.

V. DISKUSJON

A. Diamagnetisme

Verdiene brukt for å beregne den magnetiske suceptibiliteten er vist i figur 4 på side 6. Som vi ser i figuren avtar usikkerheten som styrken på strømmen øker. Dette er fordi den relative usikkerheten til vekten er stor når utslaget på vekten er lite. For å beregne verdien til χ bruker vi derfor en vektet midlig på de 7 siste punktene. Målingene med høyere usikkerhet blir vektet lavere i beregningen av gjennomsnittet til de siste 7 målingene. Dette resulterte i at verdien til den magnetiske suceptibiliteten ble $\chi = -1.57(8) \times 10^{-4}$. Vektingen er slik at målinger med høy usikkerhet teller mindre i gjennomsnittet, som eksempel teller målepunktet for $I = 2.4$ A en faktor 4 mer i beregningen av gjennomsnittet, iforhold til målepunktet for $I = 1.2$ A i beregningen av usikkerheten. Usikkerheten til suceptibiliteten kommer av spredningen til målingene brukt, og usikkerheten til hver enkelt måling.

I tabell I på side 6 er målingene gjort for å beregne den magnetiske suceptibiliteten vist. Fra verdiene ser vi at kraften som virker på vismutstangen øker

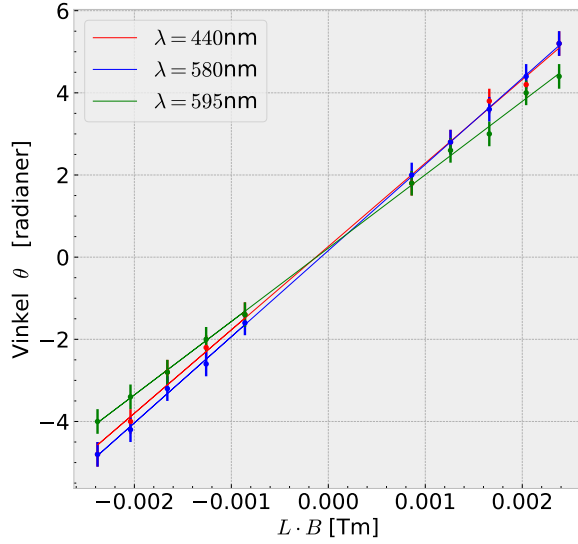

Figur 7: Målinger for polarisasjonsvinkel θ som funksjon av absolutverdien til produktet mellom styrken til magnetfeltet og lengden av flintkrystallen, for bølglengde på $\lambda = 580$ nm. Fra målepunktene beregnes det stigningstallet ved hjelp av lineærregresjon, som er verdet-konstanten. For denne bølglengden var verdetkonstanten $1.4 \pm 0.1 \text{ k/Tm}$

med styrken på magnetfeltet. Som strømmen i spolene øker, øker kraften på den magnetiske flukstettheten. Den magnetiske flukstettheten mellom spolene B_1 øker nesten lineært med strømstyrken, men mot slutten avtar stigningen svakt. Styrken på magnetfeltet på den andre enden av staven går mot en konstant verdi på rundt 2.4 mT, når strømmen når 1.20 A. Fra å bruke likning (9) kan vi teste effekten av å sette $B_2 = 0 \text{ T}$. Verdien til χ blir mer nøyaktig, jo sterke magnetfeltet er, vi bruker derfor verdien til den magnetiske flukstettheten for strømmen $I = 2.4 \text{ A}$. Dette gir oss en endring av χ på $2.161(7) \times 10^{-9}$, som tilsvarer en prosent endring på 0.000138(4)%. Altså har det ingen effekt ved å inkludere B_2 i beregningen av suceptibiliteten. Faktisk vil økningen av usikkerheten til suceptibiliteten øke med 4.11×10^{-8} om en inkluderer B_2 i beregningen. Denne usikkerheten er den midlede usikkerheten for de Økningen av usikkerheten til suceptibiliteten vil være større enn økningen av suceptibiliteten. Det vil derfor gi mer presise resultater ved å ikke inkludere B_2 , enn å gjøre det, selv om dette er nærmere det analytiske uttrykket.

I figur 4 på side 6 vises også suceptibiliteten om vi hadde antatt et lineært forhold mellom magnetfeltet og kraften i likning (6). Dette ville gjort at suceptibiliteten er gitt av likning (8). Som vi ser i figuren er dette ikke en god tilnærmelse. Av å sammenlikne

suceptibiliteten målt i dette eksperimentet med andre målinger, fant vi at vår verdi var litt for høy, men ganske nære. Hadde vi antatt et lineært forhold mellom magnetfeltet og kraften ville avviket vært enda større fra den korrekte verdien til suceptibiliteten. Det er ikke en god antagelse å anta lineært forhold mellom kraften F_z og suceptibiliteten χ . Itillegg ser vi at verdien for suceptibiliteten ved å anta et lineært forhold ikke går mot en konstant verdi som strømmen øker. For målingene gjort under eksperimentet er verdien fortsatt synkende. I et framtidig eksperiment hadde det vært ønskelig å studere den lineære antagelsen videre, for høyere strømmen, og se om verdiene nærmer hverandre.

Den magnetiske suceptibiliteten ble målt til å være $-1.57(8) \times 10^{-4}$. Denne verdien kan vi teste mot andres målinger av den samme verdien. Suceptibiliteten til vismut funnet i tabeller [2] [1] er -1.6610^4 . Det er derfor et avvik på 0.001 avvik mellom den målte verdien av suceptibiliteten og verdien funnet i tabeller. Ved å ta med usikkerheten er det et avvik på 0.6% mellom den målte verdien, og den funnet i tabeller. Avviket er lite, men kan ha vært forårsaket av en systematisk feil under eksperimentet. Under eksperimentet prøvde vi å plasere vismutstaven midt mellom spolene, slik at det ble utsatt for størst mulig magnetfelt. Vi passet på at vismutprøven ikke hvilte intil spolene, eller var i kontakt med noe annet, som kunne gjort et utslag på vekten. Det gikk også en tid mellom den magnetiske flukstettheten mellom spolene ble målt, og vismutprøven ble utsatt for feltet. Magnetfeltet kan ha forandret seg iløpet av denne tiden, eller målingen vår med hallsonden ikke var stødig nok. Dette er noen eksempler på systematiske feil som kan ha forårsaket avvik mellom verdien vi målte for suceptibiliteten, og verdien funnet i tabeller.

B. Ferromagnetisme

Før målingene ble gjennomført med jern i sentrum av spolen målte vi magnetfeltet i spolen. I sentrum av spolen, både radielt og i høyde, var den magnetiske flukstettheten tilnærmet konstant. Spredningen i målingene var samme størrelsesorden som usikkerheten med hallsonden. Vi målte at magnetiske flukstettheten var 5.04(40) mT, denne verdien kan vi sammenlikne med den teoretisk forventet verdien fra likning (16). Spolen brukt eksperimentet var 275 mm lang, og var vindet 244 ganger rundt. Ved å bruke naturkonstanten $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$ betyr dette at den forventede styrken på magnetfeltet er 5.57(1) mT. Det blir målt en lavere styrke på magnetfeltet enn den teorien forutsier. En årsak til dette kan være at det ikke blir brukt idelle ledninger under eksperimentet. I en spole må en velge mellom en høy induktans eller en lav motstand, siden hensikten med denne spolen er

å genere et magnetfelt, er det mulig at det er en stor motstand i ledningene. Dette er noe som burde vært målt med et multimeter under eksperimentet. Den forventede verdien til magnetfeltet tar ikke hensyn til motstand i ledningene, og dette kan være grunnen til avviket.

Under eksperimentet ble det gjennomført målinger om stativet å sette jernklumpene på påvirket magnetfeltet. Vi fant at stativet ikke hadde noen påvirkning på magnetfeltet. Ved å sjekke suceptibiliteten til plastikk, som stativene var laget av, i tabeller [?], finner vi at suceptibiliteten er tilnærmet lik 1. Dette betyr at plastikk som blir påtrykket av et ytre magnetisk felt, som vi gjorde under dette eksperimentet, vil ikke påvirke styrken på magnetfeltet. Styrken vil være tilnærmet den samme, og det var akkurat dette vi målte på eksperimentet. Vi trenger altså ikke å ta hensyn til effekten av plastikkstativet ved analyse av målingene. Målingene gjort for de fire forskjellige jernklumpene er vist i tabell II på side 7. Denne tabellen inkluderer målingene av lengden til de fire jernklumpene, parallellt med, og tangensialt på, symetriaksen. Fra tabellen ser vi at lengden til ellipsoiden parallellt med symetriaksen har en faktor tre større relativ usikkerhet enn de andre lengdene. Årsaken til dette er at dette målet måtte bli gjort med en meterstokk istedenfor et skyvelær, som fører til en større usikkerhet. Denne usikkerheten manifesterer seg ikke merkbart i de følgende usikkerheten for ellipsoiden. Fra lengden til jernklumpene kunne vi beregne avmagnetiseringsfaktoren til jernklumpen parallellt med, og ortogonalt på rotasjonsaksen. Disse brukes til å finne den øvre grensen for magnetfeltet når symetriaksen til jernklumpen er plassert henholdsvis parallellt med og ortogonalt på magnetfeltet ved likning (15). Som vi ser fra verdiene i tabellen tilfredstiller den målte verdien til den magnetiske flukstettheten den øvre grensen som teorien forutsier, for alle formene, i begge retninger.

Under eksperimentet ble det brukt en skive og en sylinder, teorien forutsetter at de geometriske formene til jernklumpene er ellipsoider. Både sylindren og skiven er ikke ellipsoider, men blir tilnærmet som det under eksperimentet. Dette er en grov tilnærming, men som vi ser fra resultatene stemte de fortsatt med teorien. For den skiveformede jernmagneten ble ikke ulikheten i likning (15) tilfredstilt. Ved å beregne differansen mellom B_{\parallel} og B_0/D_{\parallel} og usikkerheten i differansen (22), får vi at differansen er 0.40(41) mT, altså er ulikheten i likning (21) tilfredstilt, det er overensstemmelse innenfor måleusikkerhetene.

Vi kan gjøre et anslag om hvor korrekt antagelsen om at skiven og sylindren er ellipsoider, ved å sammenlikne med hvordan ulike geometriske former får som avmagnetiseringsfaktor. For en kule vil avmagnetiseringsfaktoren være 1/3 parallellt og tangensialt på, dette stemmer med de vi har målt. For flate skiver går D_{\parallel} mot 1, og D_{\perp} mot 0. Dette ser vi stemmer for ski-

ven, siden den ikke er fullstendig flatklemt. For høyere og smalere ellipsoder går D_{\parallel} mot 0, og D_{\perp} mot 1/2. Dette ser vi stemmer godt overens for ellipsoiden, og litt mindre godt for sylindren, som er litt bredere, og litt lavere.

Fra å genere en varierende spenning, og bruke Faradays induksjonslov (3), kunne vi beregne styrken på magnetfeltet ved å måle strømmen i spolen. Jern er en ferromagnet, og dette ser vi fra det ikke-lineære forholdet mellom strømmen i sekundærspolen og styrken på magnetfeltet, vist i figur 5 på side 7. Her ser vi tydelig at suceptibiliteten er en funksjon av det påtrykte magnetfeltet. Studerer vi nærmere magnetiseringen til en jernstang som en funksjon av strømmen i den ytre spolen, vist i figur 6 på side 8, ser vi en annen egenskap ved ferromagneter, det magnetiske feltet blir forsterket med en veldig stor faktor. Dette ser vi fra at magnetiseringen til jernet er omtrent en faktor 500 større enn H -feltet generert fra primærspolen. Dette er årsaken til at kurvene i figur 5 på side 7 og figur 6 på side 8 er like, bidraget til magnetfeltet er så lite iforholdet til bidraget fra jernsylindren som blir magnetisert, at det blir en liten forskjell i formen på kurvene. Det er akkurat dette vi forventer for ferromagnetiske materialer.

C. Faraday-effekten

Målingene av vinkel som funksjon av magnetfelt er vist i tabell III på side 8. I denne tabellen er polariseringsvinkelen vist for både positiv og negativ strømrretningen. Som vi ser fra tabellen er polarisasjonsgraden når strømrretningen er negativ konsekvent lavere enn når strømrretningen er positiv, for alle målingene. Ifølge teorien burde polarisasjonsvinkelen være uavhengig av retningen til B -feltet. Hva kan isåfall forårsake denne systematiske forskjellen av polariseringen? En mulighet kan være at flintglasset blir magnetisert, og denne magnetiseringen sitter igjen når magnetfeltet endrer retningen. Fra produsenten av flintglasset er det oppgitt at styrken på magnetfeltet avtar med en faktor 1.5 i flintglasset. Dette betyr at den magnetiske suceptibiliteten til flintglass er tilnærmet konstant for størrelsen av magnetfelt som blir brukt under dette eksperimentet. Vi kan altså se på flintglasset som en ferromagnet under eksperimentet vårt. Det burde derfor ikke ha noen effekt på den magnetiske flukstettheten inne i flintglasset at vi endrer retningen på magnetfeltet, utenom retningen til feltet. Dette kan derfor ikke være årsaken til avviket mellom polarisasjonsvinkel for de to strømrretningene. Retningen til B -feltet vil i begge tilfeller være rettet parallellt med rotasjonsaksen til flintglasset, så aksens til flintglasset i magnetfeltet burde ikke ha noen påvirkning, siden den er lik for forskjellig strømrretning. Fargefilteret, og

polarisasjonsfilterene er langt nok ute av magnetfeltet til at disse ikke vil bli påvirket av magnetfeltet. En annen grunn kan være at polarisasjonsvinkelen for $B = 0\text{ T}$ ble feilvalgt under eksperimentet, og at denne posisjonen burde vært forskjøvet $0.2 - 0.4^\circ$ i positiv retning. Dette ville gjort at polariseringen av lyset ville vært nærmere hverandre for de to strømrøtningene.

Noe annet å merke seg er at for $\lambda = 440\text{ nm}$ er alle målingene, i absoluttverdi, større enn sine tilsvarende målinger for $\lambda = 580\text{ nm}$. En ville da forvente at når bølgelengden er 595 nm vil verdiene fortsette å være lavere enn når bølgelengden var 440 nm , muligens en litt større forskjell. Men det er ikke dette vi observerer i tabell III på side 8 og figur 7 på side 8. For denne bølgelengden er polarisasjonsvinkelen nærmere polarisasjonsvinkelen når bølgelengden var $\lambda = 440\text{ nm}$, og av og til større, i absolutt verdi. Dette forventet vi ikke. Dette viser oss et stort problem under dette eksperimentet. Måleapparatet har en oppløsning på 0.2° , følgelig vil verdiene målt ikke kunne være mer presise enn 0.2° . Siden vinklene blir målt relativt til et valgt nullpunkt, hvor det ble målt full filtrering når $B = 0\text{ T}$, blir usikkerheten i vinkelen relativt til denne 0.3° . Intervallet av inkler vi måler under eksperimentet er mellom 1.4 til 5.2° , dette betyr en oppløsning på mellom 21% og 6% . Oppløsningen på måleapparatet er for lav til å kunne bestemme verdet-konstanten presist nok, for bølgelengdene brukt under eksperimentet. Dette ser vi tydelig i figur 7 på side 8, hvor målepunktene ofte er på samme verdi, eller at usikkerheten i ett målepunktene overlapper med usikkerheten for et annet målepunkt. I fremtiden burde dette eksperimentet gjennomføres med en bedre oppløsning på polarisasjonsgraden, eller for et sterke magnetfelt for å kunne skille kurvene fra hverandre.

VI. KONKLUSJON

Eksperimentene i denne rapporten har gitt oss nye innsikter i magnetiske materialer. Vi har studert effektene av å utsette magneter for et ytre påtrykt felt, og målt konsekvensene dette har for omgivelse-

ne, ved å anvende Maxwell's likninger. Fra å analysere målingene har vi gjort flere slutninger om forskjellig magnetiske materials egenskaper.

Ved å studere en stangformet diamagnet av vismut i et magnetfelt, og måle kraften som virker på vismutprøven, beregnet vi den magnetiske suceptibiliteten til vismut å være $-1.57(8) \times 10^{-4}$. Denne verdien stemmer overens med andres målinger av den magnetiske suceptibiliteten. Fra å studere resultatene fant vi at det ga ingen effekt å inkludere magnetfeltet til vismutstangen i endepunktet lengst unna punktet hvor magnetfeltet var på sitt sterkeste.

Videre studerte vi de magnetiske egenskapene til ferromagneten jern. Dette gjorde vi på to forskjellige måter. Først studerte vi hvordan geometrien til jernklumper, plassert med rotasjonsaksen parallellt med, og tangesnialt på, retningen til magnetfeltet, påvirket magnetfeltet inn i spolen. Vi fant at en lav avmagnetiseringskonstant (≈ 0) resulterte i et sterkt magnetfelt, og en høy avmagnetiseringsfaktor (1). Forsterkningen av magnetfeltet fra jernet er svært avhengig av formen, og retningen, til jernklumpen i magnetfeltet. Selv om klumpene ikke var perfekte ellipsoider stemte målingene, vist i tabell II på side 7, med de teoretiske forventningene.

Den andre metoden var å måle magnetiseringen av en jernsylinder med en spole tvunnet rundt seg. Fra å studere magnetiseringen av jernet beviste vi at jern er en ferromagnet, fra det ikke lineære forholdet, og hysteresekurvene vi observerte under eksperimentet. Disse målingene stemmer godt overens med teorien til ferromagneter. Fra grafen vist i figur 6 på side 8 ser vi at magnetiseringen av jernsylinderen er en faktor 500 større enn magnetfeltet grunnet strøm i spolen. Det er magnetiseringen av jernet som gjør at magnetfeltet er så sterkt. At magnetfeltet under dette eksperimentet er mye større enn tidligere ser vi i figur 5 på side 7.

Til slutt studerte vi hvordan magnetfelt påvirker polarisering av lys. Dette eksperimentet viste koblingen lys har til magnetisme, og gjorde at vi kunne beregne verdet konstanten for tre forskjellige bølgelengder. Dessverre var oppløsningen på måleinstrumentene brukt, og styrken på magnetfeltet, for svake for å kunne trekke noen gode og presise konklusjoner.

[1] Magnetic Properties of Solids.

[2] Magnetic susceptibility. [Wikipedia](#), April 2018. Page Version ID: 833648716.

[3] Trygve Holtebekk and Arne Kjekshus. magnetisme. [Store norske leksikon](#), February 2017.

[4] Fysisk institutt. Magnetisme. [Universitetet i Oslo](#), pages 1–8, april 2018.

[5] G. L. Squires. [Practicle physics](#). [Cambride Univserity Press](#), 4(5):29–52, 2001.