PROJECT BAYMAX

Baymax

Roll Samples collection for T4 Vista




Oct 14. 2026

Tingting Du

Roll Samples collection for T4 Vista

花纹设计：旋风直径0.9mm-1.6mm

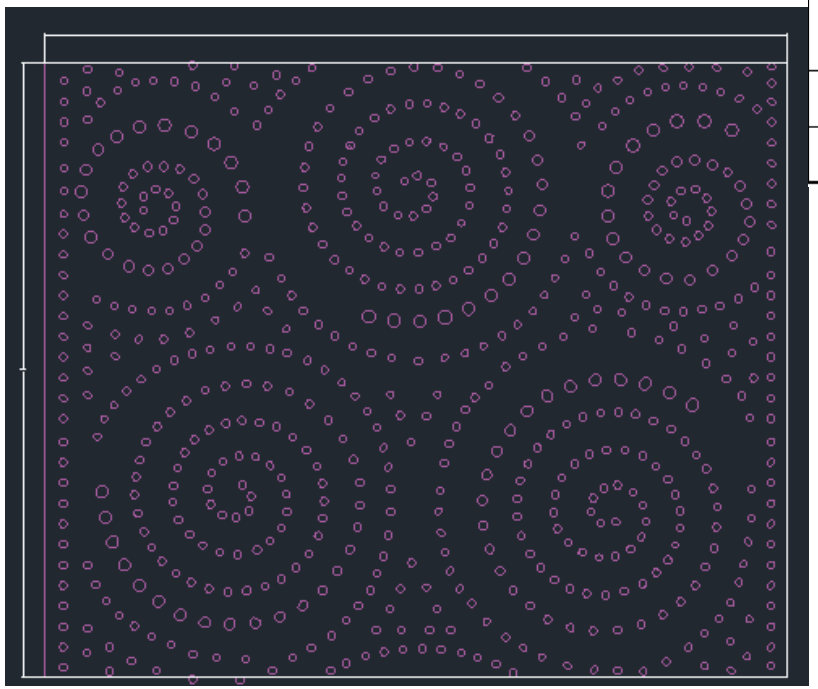

Liner	新维盛K_NW2100-SF 20gsm*175mm (双梳理 上2D+下3D)
Surge	大源ND046-SF 30gsm*70mm (50% 12D+ 50% 6D)
清晰花纹宽度	70mm
复合要求	面层毛面朝下，surge毛面朝上 毛面和毛面复合


取样前测试剥离力测试数据 tested by Beautiful

物理性能 Property	单位 Unit	测试结果 Test Results								平均值 Avg.	最小值 Min.	最大值 Max.	标准差 Stedv.	变异系数 CV	测试方法 Method
		1	2	3	4	5	6	7	8						
平均剥离力	N	0.28	0.27	0.23	0.21	0.20	0.25	0.22	0.26	**0.2**	0.2	0.3	0.0	12.2	剥离强力
最大剥离力	N	0.55	0.56	0.47	0.39	0.50	0.57	0.44	0.64	**0.5**	0.4	0.6	0.1	15.5	

取样效果



T4 现有产品剥离力测试

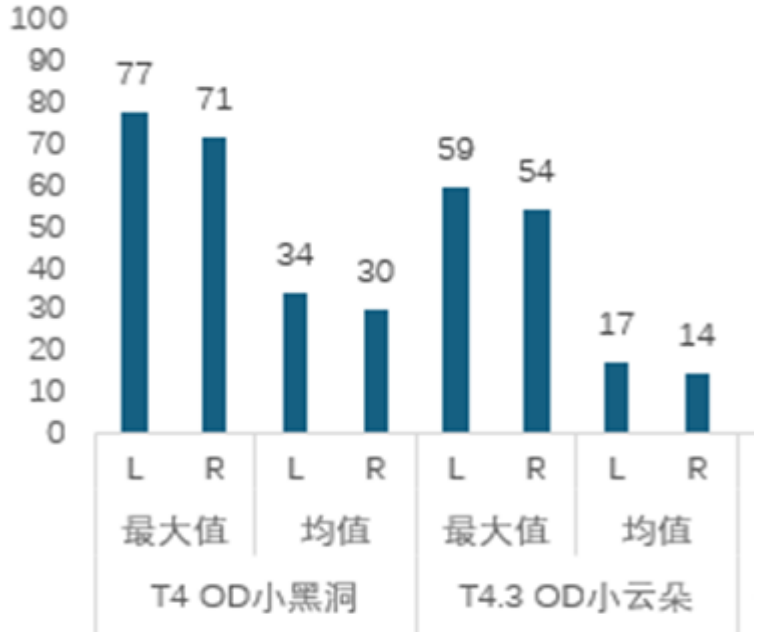


- 收样前的剥离强度确认可接收
- 样品MKT已收到，并确认外观可接收


T4 VISTA Trial in Chuanyue



结束收样后，发现Horn上有杂质堆积，需要工程部针对这个现象的影响进行评估。

T3 Baymax feasibility

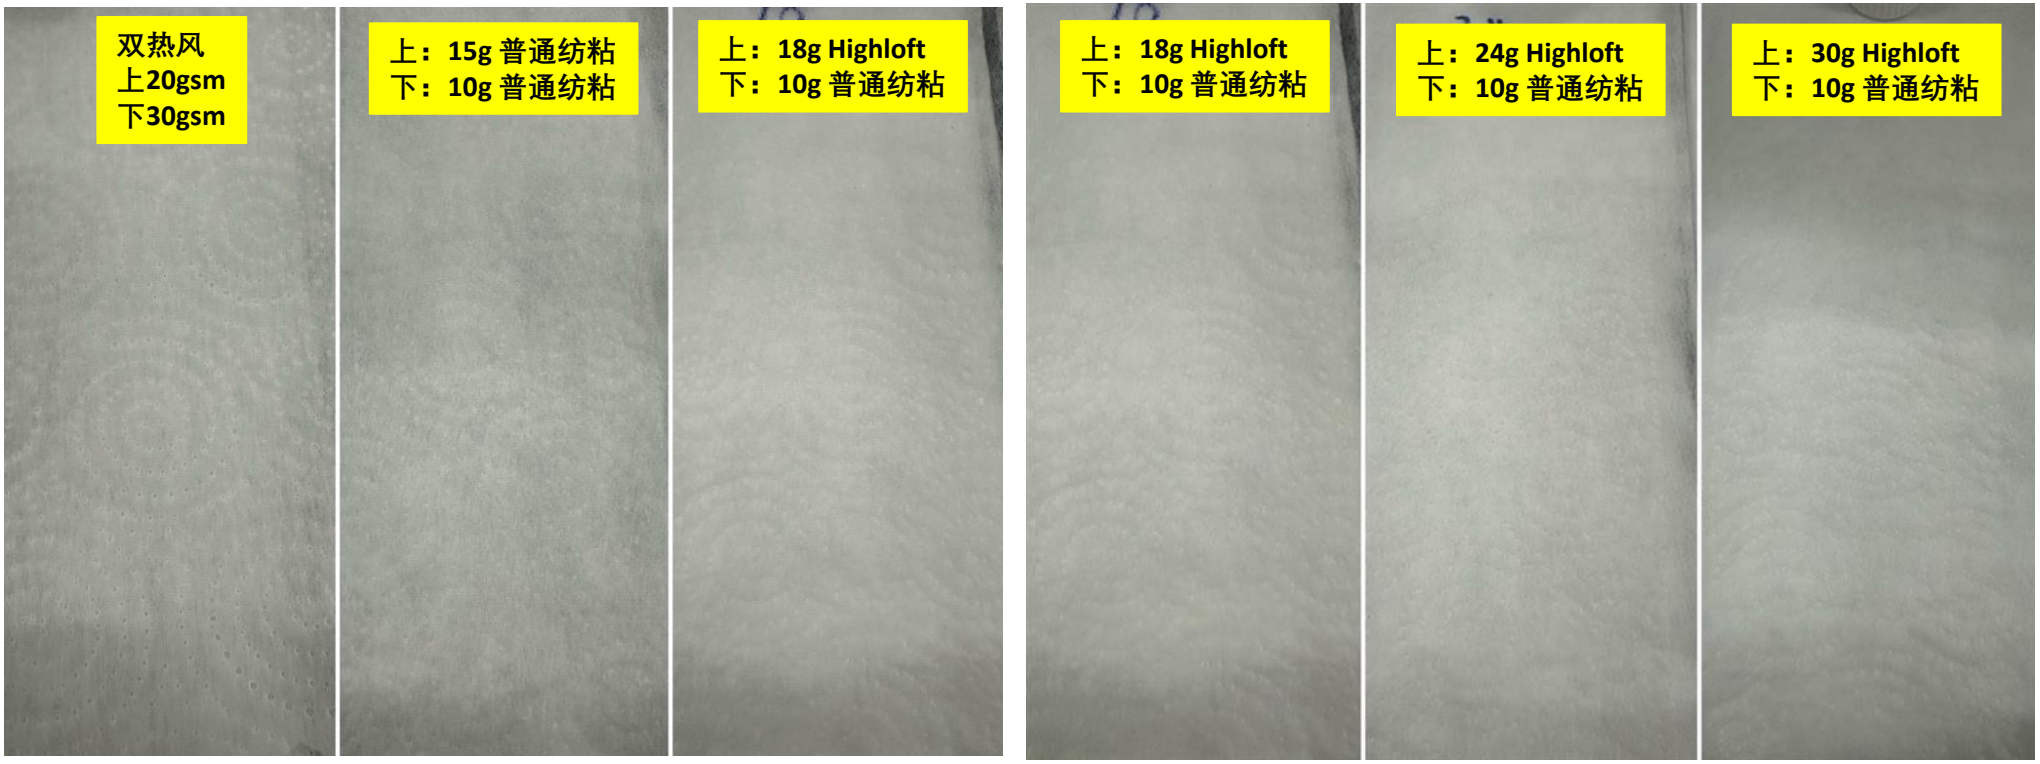

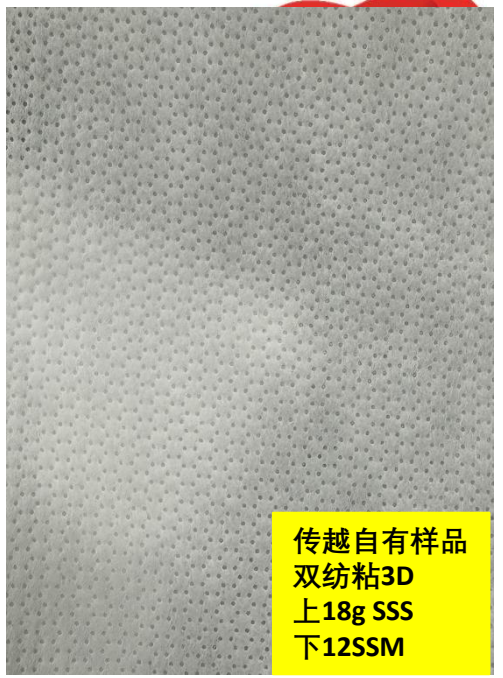



1. 双层纺粘的平纹花型效果不及双层热风
2. 上层更换为克重接近的highloft, 但花型效果未得到改善
3. 上层采用更高克重的highloft，花型效果未得到进一步改善

优化方向

1. 旋风圆点和纺粘扎点视觉上会引起混乱，花型压点最好和扎点有比较明显的差异
2. 更换为3D辊，可以更凸显出花纹设计（可参考传越自有样品）