

# Отчёт о выполнении лабораторной работы №3.4.1

Измерение магнитной восприимчивости диа- и  
пара- магнетиков

Автор:  
Трунов Владимир  
Б01-103

# 1 Введение

**Цель работы:** измерение магнитной восприимчивости диа- и пара- магнетиков.

**В работе используются:** электромагнит, весы, милливексметр, регулируемый источник постоянного тока, образцы диа- и парамагнетиков, амперметр.

## 2 Теоретические сведения

Магнитная восприимчивость тел может быть определена методом измерения сил, которые действуют на тела в магнитном поле. Существуют два классических метода таких измерений: метод Фарадея и метод Гюи. В методе Фарадея исследуемые образцы, имеющие форму маленьких шариков, помещаются в область сильно неоднородного магнитного поля и измеряется сила, действующая на образец. При этом для расчёта магнитной восприимчивости необходимо знать величину градиента магнитного поля в месте расположения образца. В методе Гюи используется тонкий и длинный стержень, один из концов которого помещают в зазор электромагнита (обычно в область однородного поля), а другой конец – вне зазора, где величиной магнитного поля можно пренебречь. Закон изменения поля – от максимального до нулевого – в этом случае несуществен.

Найдём выражение для магнитной силы, действующей на такой образец (рис. 1). Пусть площадь образца равна  $s$ , его магнитная проницаемость –  $\mu$ , а поле в зазоре равно  $B$ .

Воспользуемся для расчёта энергетическими соображениями. Магнитная сила может быть вычислена как производная от магнитной энергии по перемещению. Из теории известно, что эту производную следует брать со знаком минус, когда образец находится в поле постоянного магнита, или со знаком плюс, как в нашем случае, когда поле в зазоре создаётся электромагнитом, ток  $I$  в обмотках которого поддерживается постоянным.

При смещении образца на расстояние  $\Delta l$  вниз магнитная сила, действующая на него, равна

$$F = \left( \frac{\Delta W_m}{\Delta l} \right)_I, \quad (1)$$

где  $\Delta W_m$  – изменение магнитной энергии системы при постоянном токе в обмотке электромагнита и, следовательно, при постоянной величине магнитного поля в зазоре.

Магнитная энергия рассчитывается по формуле

$$W_m = \frac{1}{2} \int H B dV = \frac{1}{2\mu_0} \int \frac{B^2}{\mu} dV, \quad (2)$$

где интеграл распространён на всё пространство. При смещении образца магнитная энергия меняется только в области зазора (в объёме площади  $s$  и высоты  $\Delta l$ ), а около верхнего конца стержня остаётся неизменной, поскольку магнитного поля там практически нет. Принимая поле внутри стержня равным измеренному нами полю в зазоре  $B$ , получим

$$\Delta W_m = \frac{1}{2\mu_0} \frac{B^2}{\mu} s \Delta l - \frac{1}{2\mu_0} B^2 s \Delta l = -\frac{\chi}{2\mu_0 \mu} B^2 s \Delta l. \quad (3)$$

Следовательно, на образец действует сила

$$F = -\frac{\chi}{2\mu_0 \mu} B^2 s. \quad (4)$$

Знак силы, действующей на образец, зависит от знака  $\chi$ : образцы из парамагнитных материалов ( $\chi > 0$ ) втягиваются в зазор электромагнита, а диамагнитные образцы ( $\chi < 0$ ) выталкиваются из него.

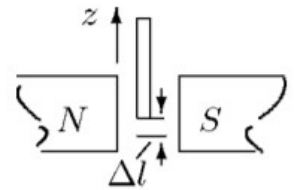


Рис. 1: Расположение образца в зазоре электромагнита

Пренебрегая отличием  $\mu$  от единицы, получаем окончательно расчётную формулу в виде

$$F = -\frac{\chi B^2 s}{2\mu_0}. \quad (5)$$

Измерив силу, действующую на образец в магнитном поле  $B$ , можно рассчитать магнитную восприимчивость образца.

### 3 Экспериментальная установка

Магнитное поле создаётся в зазоре электромагнита, питаемого постоянным током. Диаметр полюсов существенно превосходит ширину зазора, поэтому поле в средней части зазора достаточно однородно. Величина тока, проходящего через обмотки электромагнита, задаётся регулируемым источником питания и измеряется амперметром. Градуировка электромагнита (связь между индукцией магнитного поля  $B$  в зазоре электромагнита и силой тока  $I$  в его обмотках) производится при помощи миллиамперметра.

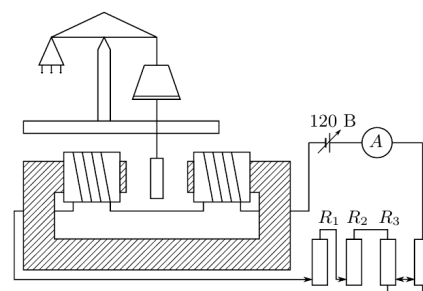


Рис. 2: Схема экспериментальной установки.

При измерениях образцы поочерёдно подвешиваются к весам так, что один конец образца оказывается в зазоре электромагнита, а другой – вне зазора, где индукцией магнитного поля можно пренебречь. При помощи весов определяется перегрузка  $\Delta P = F$  – сила, действующая на образец со стороны магнитного поля.

Силы, действующие на диа- и парамагнитные образцы, очень малы. Небольшие примеси ферромагнетиков (сотые доли процента железа или никеля) способны кардинально изменить результат опыта.

## 4 Ход работы

### 4.1 Градуировка электромагнита

Сначала проведём градуировку магнита. Для этого используем тесламетр. С его помощью измерим значение магнитной индукции между полюсами электромагнита, изменяя ток от минимального до максимального значения. Результаты измерений занесём в таблицу 1.

$I$ , А	0,20	0,40	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,40	1,80	2,20	2,60	3,00
$B$ , мТл	40	120	173,33	213,33	240	266,66	293,33	413,33	520	626,66	680	800

Таблица 1: Результаты измерений

По полученным данным построим график зависимости  $B(I)$ .

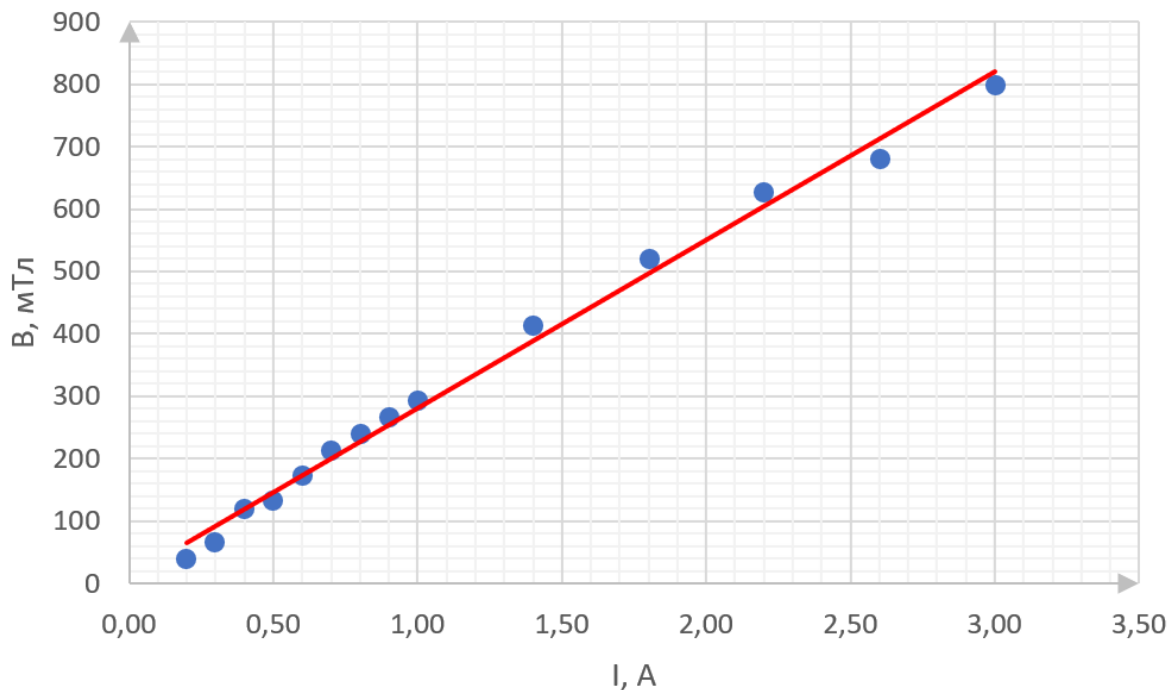


График зависимости  $B(I)$ .

Аппроксимируем полученную зависимость уравнением вида  $y = kx + b$ . Результат аппроксимации также нанесём на график. В итоге получаем следующие результаты:

$$k = (269 \pm 9) \frac{\text{мТл}}{\text{А}},$$

$$b = (12,007 \pm 4.5) \text{ мТл}.$$

## 4.2 Измерение сил, действующих на образцы в магнитном поле

При пулевом токе через электромагнит подвесим к весам один из образцов так, чтобы он не касался наконечников электромагнита. Обнулим показания весов, чтобы измерять непосредственно перегрузки  $\Delta P = F$  – силы, действующей на образец при различных токах в обмотках электромагнита.

Установим минимальное из выбранных при калибровке магнита значение тока  $A_{min}$  и проведём измерение перегрузки. Повторим измерения  $\Delta P = f(I)$  для значений тока в диапазоне от  $A_{min}$  до  $A_{max}$ . Также проведём серию измерений, уменьшая ток через магнит. Проведём такие измерения для различных образцов. Результаты измерений занесём в таблицу 2.

Алюминий				Медь				графит			
↗		↘		↗		↘		↗		↘	
$I, \text{ А}$	$\Delta P/g, \text{ mg}$	$I, \text{ А}$	$\Delta P/g, \text{ mg}$	$I, \text{ А}$	$\Delta P/g, \text{ mg}$	$I, \text{ А}$	$\Delta P/g, \text{ mg}$	$I, \text{ А}$	$\Delta P/g, \text{ mg}$	$I, \text{ А}$	$\Delta P/g, \text{ mg}$
0,2	0	0,2	0	0,2	1	0,2	1	0,2	3	0,2	8
0,6	2	0,6	2	0,6	0	0,6	0	0,6	16	0,6	22
1,0	6	1,0	7	1,0	-2	1,0	-2	1,0	29	1,0	32
1,4	12,0	1,4	13,0	1,4	-4,0	1,4	-5	1,4	33	1,4	34
1,8	19	1,8	20	1,8	-8	1,8	-9	1,8	29	1,8	28
2,2	27	2,2	30	2,2	-12	2,2	-12	2,2	18	2,2	15
2,6	36	2,6	38	2,6	-16	2,6	-17	2,6	1	2,6	-4
3,0	45	3,0	45	3,0	-20	3,0	-20	3,0	-21	3,0	-21

Таблица 2: Результаты измерений

Также построим графики зависимостей  $|\Delta P| = f(B^2)$ . Для этого переведём  $I$  в  $B$  по градуировочным данным согласно таблице 1.

По этим данным построим графики зависимостей  $|\Delta P|(B^2)$  для различных исследуемых образцов.

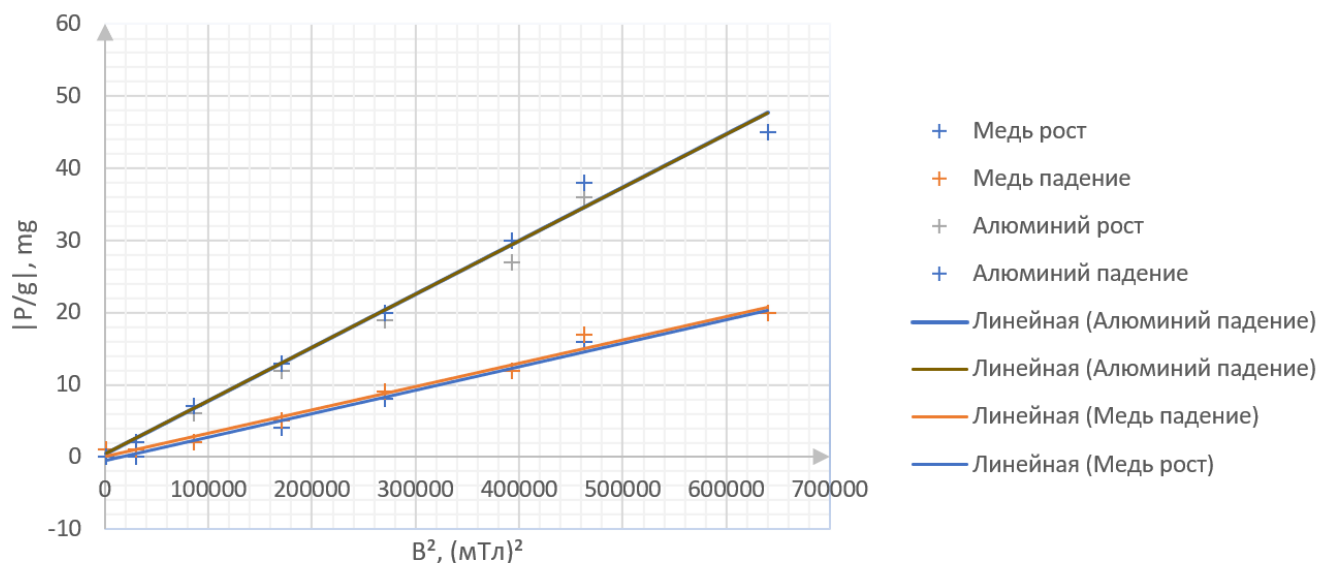


График зависимости  $|\Delta P|(B^2)$ .

Полученные графики аппроксимируем зависимости вида  $y = kx + b$ . Результаты аппроксимации занесём в таблицу 3.

Al		Cu	
$k, \mu H/Tl^2$	700	$k, \mu H/Tl^2$	300
$\sigma_k, \mu H/Tl^2$	41	$\sigma_k, \mu H/Tl^2$	48

Таблица 3: Результаты аппроксимации зависимостей

### 4.3 Расчёт величины $\chi$

Согласно формуле (5), вычислим коэффициент  $\chi$  для каждого образца. Из этой формулы следует, что

$$k = \frac{\chi s}{2\mu_0}. \quad (6)$$

Отсюда

$$\chi = \frac{2\mu_0 k}{s} \quad (7)$$

где  $s$  – площадь поперечного сечения исследуемых образцов. В нашем случае  $s = (0,78) \text{ см}^2$  для всех образцов.

Проводя вычисления, записываем итоговые результаты вычислений в таблицу 4.

образец	Al	Cu
$\chi \cdot 10^{-5}$	2,25	- 0,96
$\sigma_\chi \cdot 10^{-5}$	0,19	0,13

Таблица 4: Итоги

## 5 Обсуждение результатов и выводы

В ходе данной работы была измерена магнитная восприимчивость диа- и пара- магнетиков. Были исследованы образцы алюминия, меди и графита. Для алюминия и меди табличные значения магнитной восприимчивости равны  $\chi_{Al} = 2,3 \cdot 10^{-5}$  и  $\chi_{Cu} = -1,3 \cdot 10^{-5}$  соответственно. Полученный экспериментально данные для алюминия совпадают с табличными в пределах погрешностей. Однако результат для меди отличается, это может происходить из-а недостаточной точности измерений или наличия в образце примесей. Исходя из этого можно сказать, что алюминий является парамагнетиком ( $\chi > 0$ ), а медь в свою очередь – диамагнетиком ( $\chi < 0$ ).

Таким образом, описанный выше метод измерения магнитной проницаемости материалов является рабочим и позволяет с неплохой точность определить эту величину для различных исследуемых образцов.