

»Welche die kostbarsten Freuden sind,
die man auf Erden sehen kann [...]«
Der Cuccina-Zyklus von Veronese –
Betrachtungen zur Maltechnik, zu Farben und
Farbveränderungen

Für den Dresdner Cuccina-Zyklus, den Veronese um 1571 auf dem Höhepunkt seines Schaffens malte, bot sich mit dem Restaurierungsprojekt erstmalig die Möglichkeit, die Maltechnik dieses herausragenden Künstlers näher zu betrachten. Die National Gallery London und der Louvre in Paris haben Anfang der 1990er Jahre Untersuchungen zu Veronese auf naturwissenschaftlichem und restauratorischem Gebiet grundlegend angestoßen.¹ Zahlreiche Publikationen folgten. Aber auch frühe Quellen, wie sie Ernst Berger bereits 1901 zusammenstellte, waren wertvoll, um die Befunde zu verstehen.²

Die vier Leinwandbilder wurden für eine erhöhte Wandposition im *portego* des Palazzo Cuccina konzipiert. Die – ideal angenommene – Betrachterhöhe liegt im unteren Bilddrittel, wie sich aus den tiefen Horizonten in den Bildern folgern lässt.³ Von dieser Linie ragen die großen Standfiguren auf und entfalten sich die Handlungsbezüge. Starke Verkürzungen durch Architekturperspektiven, extreme Unterschiede in den Figurengrößen und in der malerischen Detailgenauigkeit schaffen den optischen Bildraum. Für die überlangen Querformate entwickelte Veronese jeweils eine zentrale Figur oder Figurengruppe, die verbindend wirkt und den Betrachter ins Bild einführt. Man beobachtet ausgefallene Formüberschneidungen, eine große Vielfalt an bildnerischen Ideen und eine reiche Palette an malerischen Formulierungen, um die Komposition und das Bildrelief zu vollenden. Marco B. Boschini lobte bereits 1674: »Paolo hatte darin niemand seines gleichen, niemand konnte das Ensemble (*concerti*) der Bildgeschichten besser aufstellen als er, und niemand konnte im Maßstab (*simmetriate*) Figuren mit größerer Grazie und Eleganz schaffen als er.«⁴ Die Kompositionen Veroneses haben Künstler immer wieder fasziniert. Paul Cézanne bewunderte ihn besonders: »Alle Töne durchdringen sich, alle Formen greifen kreisend ineinander. Hier ist Zusammenhang.«⁵

Bildträger und Malgrund

Die vier Gemälde sind auf mehrfach gestückten und mit Schlingstichen vernähten Leinwandbildträgern ausgeführt (Flachsgewebe in Kettkörper- und Fischgratkörperbindung sind dabei zusammengefügt). Webbreiten von ca. 100 bis 105 cm beziehungsweise 118 bis 123 cm, wie in Venedig damals üblich, sind erkennbar.⁶ Den technologischen Befunden sind nur wenige Hinweise zur ursprünglichen Anbringung im *portego* zu entnehmen. »Die Anbetung der Könige« und »Die Hochzeit zu Kana« haben fast gleichgroße Malflächen (Gal.-Nr. 225: 207,5 × 454 cm; Gal.-Nr. 226: 207 × 459,5 cm). »Die Madonna der Familie Cuccina« und »Die Kreuztragung« sind kleiner, aber auch von ähnlichem Format (Gal.-Nr. 224: 165 × 418,5 cm; Gal.-Nr. 227: 164 × 417,5 cm). Die Maße sind durch Löcher der ursprünglichen Aufspannung am Rand der Malflächen belegt und weichen nur geringfügig von den heutigen Keilrahmenmaßen ab.⁷ An allen vier Gemälden zeigt der obere Bildrand nur die erste blaue Malerschicht der Himmel. Bereits beim zweiten lasierenden Farbauftrag in den Himmeln waren ca. 1,5 bis 2 cm breite Randabdeckungen über den Nagellöchern angebracht worden und begrenzten die Fläche. Offensichtlich nahm Veronese die Fertigstellung der Malerei im montierten Zustand vor. Die zwei unterschiedlichen Bildgrößen sind somit original.⁸

Die Malvorbereitung bestätigt im Wesentlichen die für Veronese und seine Werkstatt in der Literatur vorgelegten Befunde.⁹ Eine meist zweischichtige Grundierung (*gesso*) besteht bei den ersten drei Gemälden zum größten Teil aus Calciumsulfat-Halbhydrat, bei der »Kreuztragung« konnte hauptsächlich Gips (Calciumsulfat-Dihydrat) festgestellt werden. Die beiden aufeinanderfolgenden Grundierungsschichten unterscheiden sich etwas in ihrer Struktur. Sie sind leimgebunden und enthalten Spuren von Öl, zusätzlich auch in drei Bildern ungelöst eingebettete

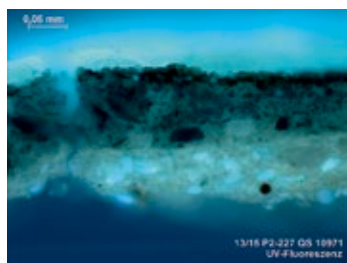


Abb. 1
Veronese, »Die Kreuztragung«,
Querschliff UV:
In der UV-Fluoreszenz erkennt man
in der Grundierung unter den Himmels-
schichten die hell fluoreszierenden
Stärkekörner

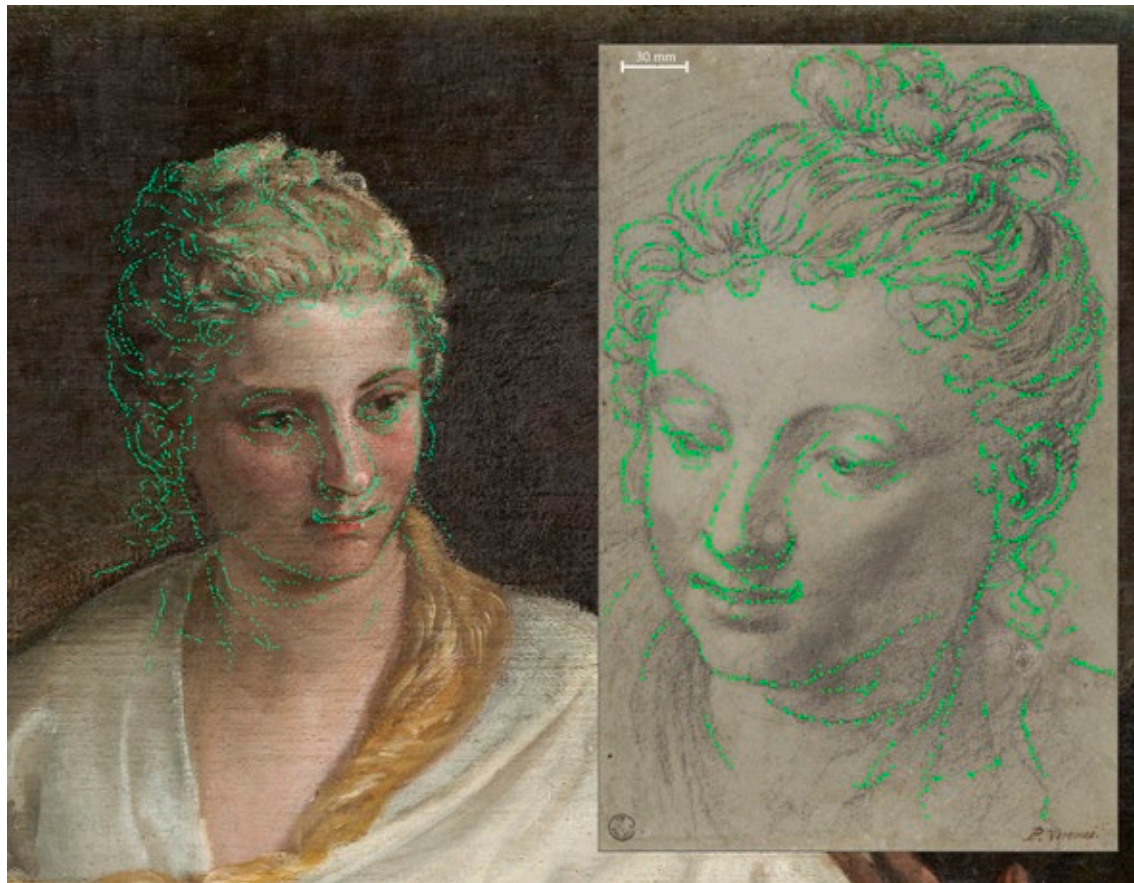


Abb. 2
Veronese, »Frauenkopf«, Detail:
Die Zeichnung zeigt die typischen Punktierungen, die zu einer Übertragung der Formen genutzt wurden

Abb. 3
Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«:
Die Zeichnung der Uffizien entspricht um ein Drittel verkleinert und gespiegelt passgenau der zweiten Fassung des Kopfes im Bild
(Montage, Wolfgang Kreische)



Abb. 4 und 5
Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«,
Detail: Ausschnitte der Infrarot-Reflektografie und der Röntgenaufnahme zeigen deutlich die Korrektur der Kopfhaltung im Malprozess

Stärkekörnchen (Abb. 1). Eine Ausnahme bildet »Die Hochzeit zu Kana«. Hinsichtlich der Befunde von Stärkekörnern ist ein Grundierungsrezept für Leinwände von Raffaello Borghini interessant, das Berger zitiert und in dem die Verwendung von Mehl wie folgt beschrieben wird: »[...] man nimmt Gips von Volterra und eine Sorte feines Mehl (*fiore di farina, detta di fusccl*) zu gleichen Teilen, gibt diese in einen Topf

mit Leim und Leinsamenöl zusammen und vereinigt diese Materialien am Feuer. Diese Mixtur breitet man mit einem Eisenstab über der ganzen Fläche aus, und nachdem die Lage trocken ist, malt man darauf.«¹⁰ Dass so auch nichtaufgequollene Stärkekörner erhalten bleiben, ist denkbar. Die Grundierung soll mit diesen Bestandteilen elastischer bleiben und wird deshalb für Leinwandgemälde empfohlen.

Abb. 6–8

Veronese, »Die Hochzeit zu Kana«,
Ausschnitt Kopf Christi:
Vergleiche mit Infrarot-Reflektografie
und Röntgenaufnahme ermöglichen
Einblicke in die Formentwicklung.
Die Unterzeichnung mit schwarzer
Kreide ist im Gesicht frei ausgeführt.
Mit schwermetallhaltiger Farbe sind
Lichtpartien im Gesicht gehöht.
Auch Spachtelspuren sind erkennbar

Zum Bildaufbau

Übereinstimmend wird in der Literatur berichtet, dass für Veronese – wie im Venedig des 16. Jahrhunderts überhaupt – keine vorbereitenden gezeichneten Kartons im Bildformat bekannt sind. Zeichnen war aber das Instrument der Bildfindung. Die Entwicklung der Kompositionen erfolgte über Skizzen, Studienköpfe, Nachzeichnungen nach Gemälden – ein Formschatz, der im Werkstattbetrieb immer wieder genutzt und erweitert wurde.¹¹ Auf den Bilduntergründen nutzte man diese Vorlagen wiederholt. In den Uffizien in Florenz hat sich eine Zeichnung eines Frauenkopfes von Veronese erhalten (Kat.-Nr. 7).¹² Die Zeichnung weist Punktierungen einer Übertragungstechnik auf (Abb. 2). Der Frauenkopf fand offensichtlich nicht nur in der Villa Barbaro in Maser, in der Figur einer Violine spielenden Frau Verwendung, sondern wurde auch weiterhin als Arbeitsmittel in der Werkstatt genutzt. Seitenverkehrt und um ein Drittel verkleinert entspricht die Zeichnung dem Kopf der Frauenfigur des »Glaubens« in der Bildmitte der Figur des Glaubens der »Madonna der Familie Cuccina« (Abb. 3). Veronese veränderte im Malprozess die Kopfhaltung der großen Mittelfigur und nutzte offensichtlich für die Zweitfassung eine vorhandene Zeichnung als Vorlage, die notwendigerweise auf das Bildmaß reduziert werden musste. Der Befund lässt ein frühes technisches Hilfsmittel vermuten, das vergleichbar einem Pantografen, maßstabgerechte Formatveränderungen erlaubte. Ein solches Hilfsmittel scheint bei einer Werkstatt, wie sie Veronese betrieb, naheliegend.¹³ Üblicherweise folgt eine Unterzeichnung nach der Grundierung beziehungsweise der Leimlösch. Beim Cuccina-Zyklus ist auf allen Gemälden eine Zeichnung mit Pflanzenschwarz auf der Grundierung angelegt. Pflanzenschwarz gibt es auch in und auf der Leimschicht der »Hochzeit zu Kana«. Eine erste bindemittelreiche rotbraune Schicht (Imprimatur) liegt nur in der »Anbetung der Könige« vor.¹⁴ Eine Untermalung in mehr oder weniger farbigem Grau (Bleiweiß, Schwarz, Erdpigmente) ist wieder bei allen Gemälden zu finden, jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Röntgenaufnahmen zeigen Bleiweiß-haltige Flächen, die partiell mit einem Palettenmesser »abgezogen« erscheinen. Sehr klar formbezogen ist diese Schicht auf der »Anbetung der Könige« erkennbar. Sie ist aber auch im Kopf Christi der »Hochzeit zu Kana« und auf allen anderen Bildern zu finden (Abb. 6–8).¹⁵ Farbabstriche mit einem Spachtel sind ebenfalls zur Glättung der Nahtbereiche verwendet worden.¹⁶ Mit Pinsel und Farbe zeich-



nete Veronese darauf weiter. Diese zeichnerische Leichtigkeit prägt die gesamte Malerei des Cuccina-Zyklus. Boschini hatte 1674 eine solche Bildanlage beschrieben: »Zuerst verteilte (*disponeva*) Paolo die Formen der Figuren im Verhältnis zur Größe der Leinwand, so dass sie nicht zu viel Platz einnahmen und gut vor dem geräumigen Hintergrund platziert waren, der reich verziert war mit majestätischer Architektur.«¹⁷ und schwärmte »Wenn er den Pinsel nahm, skizzierte (*abbozzava*) er die Figuren mit so viel Gewandtheit und Präzision, daß es ein Wunder war.«¹⁸

Wie die Auswertung der Befunde zeigt, folgte Veronese im Cuccina-Zyklus weitgehend der ersten Zeichnung, die bereits den großen Entwurf enthielt. Die »Hochzeit zu Kana« entstand mit konstruktiver Unterzeichnung der umfangreichen Architektur, die später teilweise mit den Figurengruppen wieder abgedeckt wurde. Auch das lebendige Treiben der Gäste war in der zeichnerischen Anlage genau festgelegt und wurde mit einzelnen Pentimenti realisiert.¹⁹

Auf der Röntgenaufnahme der »Anbetung der Könige« staunt man, wie Veronese einige wichtige Bildelemente, unter anderem die Madonna mit Kind, den Kopf des mittleren Königs und das Gewand des dritten Königs im Malprozess mit dem Spachtel abgezogen hat und – während die Farbe noch weich war – mit dem Pinsel, die Flächen einbindend, weitermalte. Auf diese Weise wurde das Holzdach im Hintergrund mit dem Pinsel fertiggestellt, ganz frei Hand (Abb. 9). Diese Untermalungen, ausgeführt mit preisgünstigen Malmaterialien, dienten Veronese beim Cuccina-Zyklus der endgültigen Festlegung der Bildformen, der Licht- und Schattenpartien. Sie hatten

aber auch eine maltechnische Funktion: Ein ausreichend gesättigter und geglätteter Untergrund für die Lokalfarben entstand. Die teuren Farbpigmente konnten nun ganz gezielt und wirksam eingesetzt werden. Veronese legte den Mittelton an, dazu als Licht und Schatten klare, deckende und lasierende Farben, oft in komplementären Kontrasten. Diese Technik, die bereits seit der Antike vor allem in der Fresko- und Mosaiktechnik zu finden ist, war Veronese wohl schon aus seiner Lehrzeit in Verona bekannt (Abb. 10).²⁰

Die Bildentwicklung der »Madonna der Familie Cuccina« stellt eine Besonderheit dar. Offensichtlich entstand dieses Gemälde in enger Abstimmungen mit dem Auftraggeber, denn die Darstellung der Familie bedurfte einer mehrfachen Korrektur.²¹ Man erkennt in der Infrarot-Reflektografie und der Röntgenaufnahme, dass Veronese die Familienmitglieder und die sie begleitenden Tugenden an vielen Stellen veränderte, während er in der *Sacra conversazione* nur geringe Korrekturen vornahm. Die drei anderen Gemälde des Zyklus mit biblischen Themen zeigen weniger Pentimenti.²² Die »Wandgemälde auf textilem Träger« wurden zügig gemalt. An den untersuchten Querschliffen sind teilweise keine deutlichen Grenzen zwischen den Farbschichten erkennbar. Bis zuletzt zeichnete Veronese noch mit Grafitstiften in die frische Farbe, zum Beispiel in Bärte und Pelze hinein (Abb. 12). Das ist eine herausragende Qualität dieser Werkgruppe. Wenngleich die vier Gemälde des Cuccina-Zyklus ähnlich aufgebaut sind, besitzen sie stilistische und technologische Eigenheiten, die erkennen lassen,



Abb. 9
Veronese, »Die Anbetung der Könige«,
Ausschnitt Röntgenaufnahme:
Anlage der Untermalung der Madonna
mit Spachtel und Pinsel in der frischen
Farbe

Abb. 10
Veronese, »Die Kreuztragung«,
Detail des rechten Ärmels der heiligen
Veronica nach der Restaurierung:
Deutlich ist die malerische Handschrift
Veroneses zu erkennen und das Aufset-
zen von Lichtern in komplementären
Farbkontrasten, wie hier Rosa auf Grün



Abb. 11
Veronese, »Die Hochzeit zu Kana«,
 Ausschnitt mit Szene aus dem Bild-
 hintergrund:
 Die skizzenhafte Anlage der Malerei
 gestattet hier einen Einblick in die
 Arbeitsweise Veroneses



Abb. 12
Veronese, »Die Hochzeit zu Kana«,
 Detail: Kopf des alten Mannes
 mit abschließender handschriftlicher
 Zeichnung

dass der Zyklus nicht mit einfacher Werkstattoutine und nicht in einem Zug fertiggestellt wurde.²³

Trotz der heute durch Alterungserscheinungen veränderten Farbigkeit der Bilder sind während der Restaurierung viele Entdeckungen zur Arbeitsweise Veroneses möglich geworden (Abb. 11). Die durchgeführten Analysen zeigen, dass Veronese die ganze Palette der Farbpigmente einsetzte, die Venedig als Handelszentrum zwischen Orient und Okzident und als prosperierende Stadt der Luxusindustrie bieten konnte. Der Farbenhandel in der Stadt hatte sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als selbständiges Gewerbe mit großem Exportanteil etabliert. Venedig galt als Welthauptstadt des Farbenhandels, wie Michel Hochmann sehr anschaulich darstellt.²⁴ Am Cuccina-Zyklus malte Veronese besonders differenziert die teuren Stoffe der Kleider und Draperien, deckend mit reinen und gemischten Farben, mit Lasuren, in warmen und kalten Tönen und starken Farbkontrasten. Selbst Schwarz und Weiß sind für ihn Farben. Die Stofflichkeit und reiche Ornamentik sind Höhepunkte der Malkunst, die auch aus der Nähe betrachtet werden sollten (Abb. 13). Feine Samte, schwerer Brokat, verschiedene Seidenstoffe, Tuche aus Wolle, Leinen- und Baumwollgewebe scheinen unterscheidbar. Eine Übersicht der durch Analysen auf den Gemälden des Cuccina-Zyklus nachgewiesenen Pigmente bietet die Zusammenstellung von Christoph Herm. Exemplarisch sollen die Ergebnisse der Untersuchungen zu drei Farben detaillierter vorgestellt werden.



Abb. 13
Veronese, »Die Anbetung der Könige«, Ausschnitt:
 Rotes Gewand des zweiten König



Abb. 14
Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«,
 Ausschnitt:
 Das rote Kleid der Zuanna Cuccina ist ein
 Höhepunkt des Familienbildes

Rot

Der Cuccina-Zyklus beeindruckt durch die vielfältig gemalten roten Gewänder. Alle denkbaren roten Farbmittel sind deckend, lasierend und gemischt vermalt (nachgewiesen sind Zinnober, Eisenoxidrot, Menige, Realgar und rote Lacke). Besonders die teuren roten Farblacke, die in Venedig im Preis nur knapp unter Lapislazuli lagen, sind üppig vorhanden.²⁵

Cochenille wurde in Veroneses Gemälden in der National Gallery London bereits nachgewiesen.²⁶ An dem Cuccina-Zyklus konnte speziell mexikanische Cochenille ermittelt werden. Der extrahierte kräftige dunkelrote Farbstoff (Carmin) hat einen feinen bläulichen Schein und fand als Färbemittel in der Textilindustrie Verwendung, wie Sabine Schneider im Katalog ausführlich beschreibt. In verlackter Form nutzte man Cochenille als Pigment in der Malerei.²⁷ Vermutlich ist in seiner üppigen Verwendung in dem Zyklus eine besondere Referenz an Zuanna Cuccina zu sehen, deren Vater, Francesco di Mutti, zusammen mit seinem Partner Venturino Cornovì dalla Vecchia das Monopol für den Import von Cochenille hielt.²⁸


Der Nachweis dieses damals neuen Farbstoffes aus der Textilfärberei ist für das Gewand der Zuanna Cuccina in der »Madonna der Familie Cuccina«, sowie in der »Hochzeit zu Kana«, an drei Proben gesichert, in einem Fall verschnitten mit preiswertem Brasilholz.²⁹ Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Cochenille im roten Farblack als Zweitverwendung vorliegt.³⁰ Der Farbstoff wurde aus Resten von gefärbtem Fasermaterial gewonnen, was vielleicht trotz seines hohen Preises einen so verschwenderischen Einsatz des Lackes im Cuccina-Zyklus ermöglichte. Das rote Samtgewand der Zuanna Cuccina ist der Höhepunkt des Familienbildes (Abb. 14). Ganz besonders angefeuert wirken Lasuren des kühlen roten Farblackes auf einer warmen deckenden Unterlage von Zinnober und Eisenoxid, wie es verschieden kombiniert im Samtkleid nachgewiesen ist (Abb. 15 a–e). Rot mit Gelb gemischt diente als Lichthöhung (Zinnober und Realgar sind nachgewiesen). Die Tiefen der Falten sind Farblasuren von rotem Lack, die mit Kupfer-Pigment (Azurit) ausgemischt wurden und somit rotviolett erschienen. Sie sind heute verbräunt, lassen aber die brillante Technik noch erahnen (Abb. 16).³¹ Besser erhalten hat sich eine Mischung von Zinnober und Kupfer-Verbindungen mit Bleiweiß und vermutlich auch rotem Farblack im Kleid der Liebe, das noch den Eindruck eines außergewöhnlich brillanten Rots vermittelt (siehe Ausklapptafel IV). Auf der »Anbetung der Könige« findet man beim zweiten König die schönsten Rottöne des Bildes: Ein rotes

Abb. 15 a

Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«, Querschliff aus dem Kleid der Zuanna Cuccina:

- 1 Grundierung
- 2 graue Unterma- lung
- 3 rote Malschicht
- 4 rotviolette Lasur
- 5 rote Malschicht
- 6 orangerote Malschicht
- 7 orangerote Lasur
- 8 Firnis


Der Rahmen markiert das Messfeld der REM EDX-Aufnahmen, die eine Verteilung der Pigmente in den Malschichten erkennen lassen

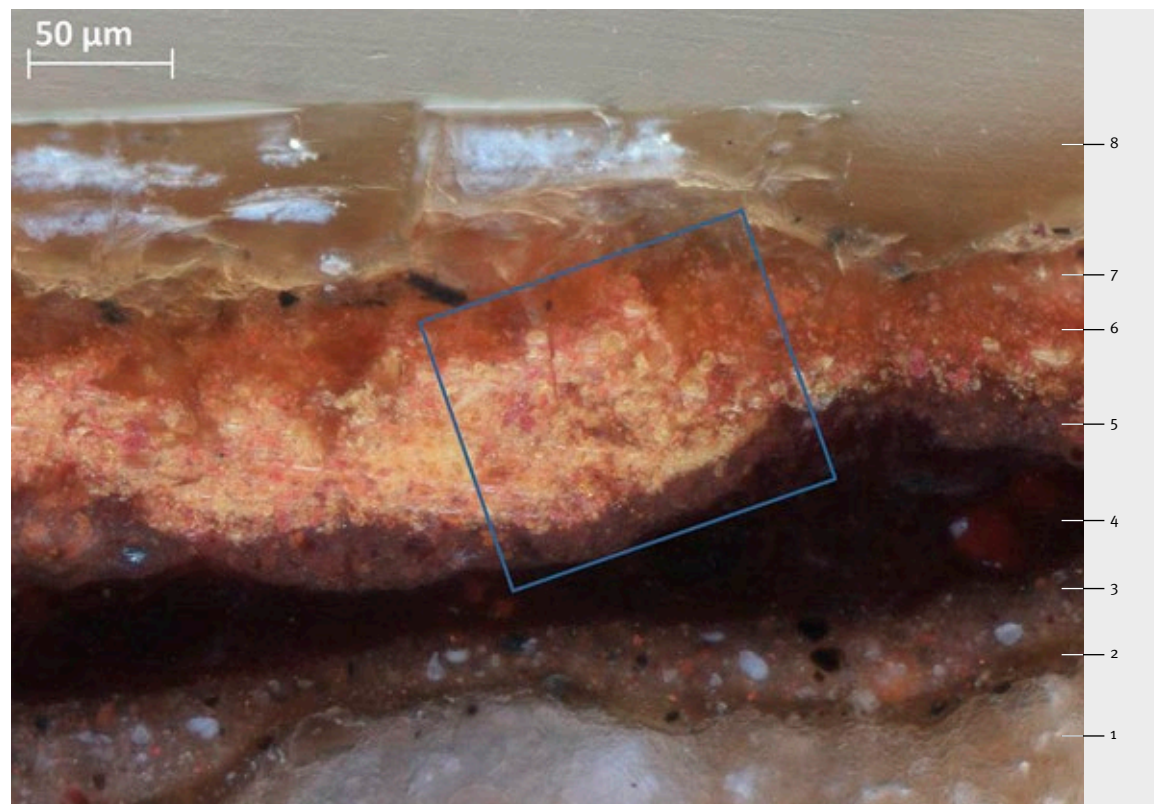

15 a

Abb. 15 b


Rückstreuerelektronenbild des markierten Messfeldes, besonders hell zeichnet sich das quecksilberhaltige Zinnober ab

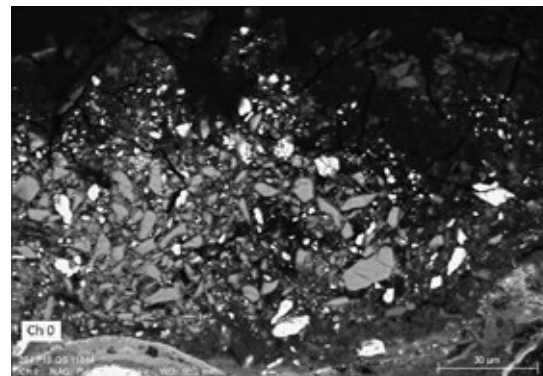

15 b

Abb. 15 c


Mapping-Bild für Arsen (kennzeichnet hier das Pigment Realgar)

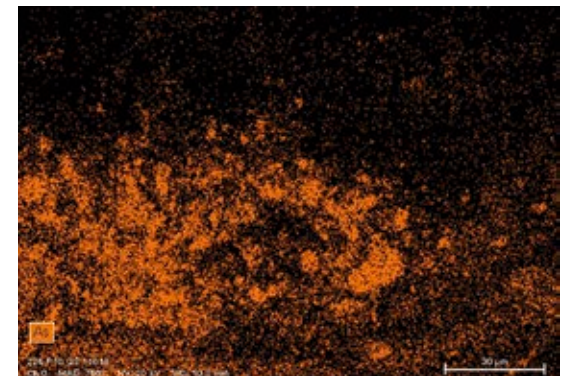

15 c

Abb. 15 d


Mapping-Bild für Eisen (kennzeichnet hier das Pigment Eisenoxidrot)

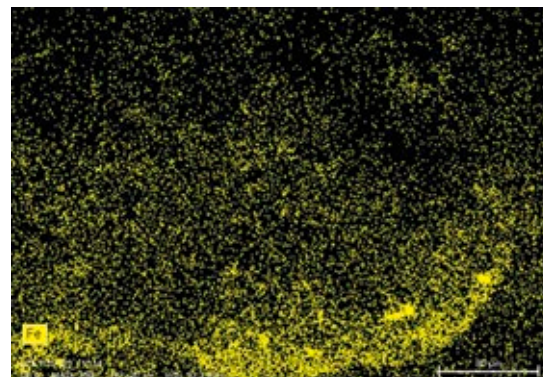


15 d

Abb. 15 e

Mapping-Bild für Quecksilber (kennzeichnet hier das Pigment Zinnober)

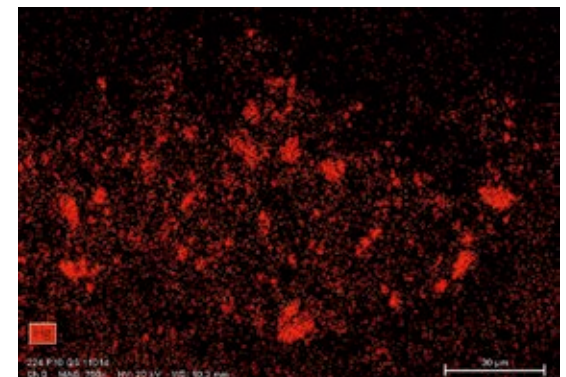

15 e

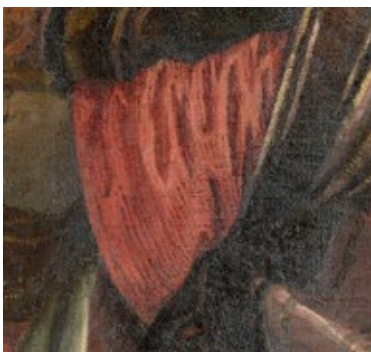

Seidengewand und dazu ein ornamentierter Samtumhang vermitteln größten Reichtum. Eine Kombination, die Veronese wiederholt einsetzte (Abb. 13).³² Als Lasur auf Bleiweiß und mit Bleiweiß gemischt ist roter Farblack als kalter Rot- und Rosa-Farbtönen oft präsent. Das Gewand Christi in der »Kreuztragung« muss stark von dem kalten roten Lack auf Bleiweißuntermalung bestimmt gewesen sein, ehe es durch äußere Einflüsse erheblich ausgebleicht ist (Abb. S. XX).³³

Als wäre es nicht genug, nutzte Veronese in den beiden großen Bildern des Zyklus roten Lack im Pinsel zusätzlich zum Zeichnen weiterer Muster an den verschiedensten Stellen, auch auf dem orangefarbenen Gewand der zentralen Figur des Mundschenks, das mit Auripigment gemalt wurde (Abb. 17–19). Veronese verwendete roten Farblack mit Azurit, als violette Schattenlasur in blauen Gewändern, gemeinsam mit Smalte und Zinnober. Boschini beschrieb seine Malweise folgendermaßen: »Er verwendete für die Schattierung der Draperien fast immer Lack (*lacca*), nicht nur von roten Draperien, auch von gelben, grünen und blauen Draperien. Und das gelang mit solch großer Harmonie (*armonia*) [...]«³⁴ Gerade Violett war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Venedig als Textilfarbe modern und sehr beliebt,³⁵ und es darf angenommen werden, dass beispielsweise das Kleid des jüngeren Bruders rechts im Bild der »Madonna der Familie Cuccina«, ehemals Violett gemalt war wie auch andere, heute dunkel Rotbraun erscheinende Kleider.³⁶ Auch das Gewand des Bräutigams in der »Hochzeit zu Kana«, das heute etwas fremd rot bis schwarz erscheint, war offensichtlich ursprünglich ein dunkles Violett.³⁷

Grün

Heute sind grüne Farben im Cuccina-Zyklus die Ausnahme, die meisten sind verbräunt. Der Brokatvorhang, der die thronende Madonna hinterfängt (»Die Madonna der Familie Cuccina«) erscheint heute braunschwarz ornamentiert (siehe Ausklapptafel IV). Nur am lichtgeschützten Bildrand ist noch ein besserer Erhaltungszustand des ehemaligen Grüns zu finden (Abb. 20 und Abb. 21). Wenige andere Beispiele sind zu finden: Ein Streifen am Mantel Johannes des Täufers in der »Madonna der Familie Cuccina« (Abb. 22 a und Abb. 22 b), zwei Baumgruppen in der Hochzeit zu Kana« (Abb. 23) und das Gewand des kleinen Hornbläasers in der »Kreuztragung« (Abb. S. XX).

Die naturwissenschaftlichen Analysen haben gezeigt, dass grüne Farben, die durch Ausmischen mit Blei-Zinn-Gelb oder Bleiweiß hergestellt wurden, pri-

Abb. 16

Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«:

Detail Rotes Kleid, mit RFA-Messpunkten zur zerstörungsfreien Bestimmung der Ausmischungen der Licht- und Schattenpartien (heute leicht verbräunt)

Abb. 17–18

Veronese, »Die Hochzeit zu Kana«:

Zwei Details mit roter Farblackzeichnung, auf Auripigment (Mundschenk) und im Gewand des Trinkenden im Hintergrund

Abb. 19

Veronese, »Die Anbetung der Könige«,

Detail:
Rote Farblackzeichnung am Ärmel des dritten Königs

Abb. 20

Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«, Detail Brokatvorhang:
Am lichtgeschützten oberen Rand ist der grüne Farbton besser erhalten



Abb. 21

Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«, Querschliff im Grün des Brokatvorhangs:
Der Querschliff zeigt das gut erhaltene Grün unter der leicht verbräunten Oberfläche

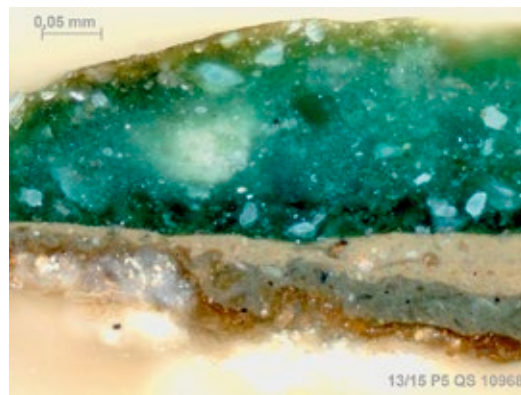


Abb. 22 a und 22 b

Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«, Detail des grünen Mantels Johannes des Täufers:
Eine gut erhaltene Grünschicht ist zum Teil mit einer ursprünglich grünen, heute verbräunten Lasur bedeckt. Beide Schichten enthalten Kupfer. Die Röntgenaufnahme zeigt, dass nur die untere, heute noch grüne, Malschicht Bleiweiß bzw. Blei-Zinn-Gelb enthält

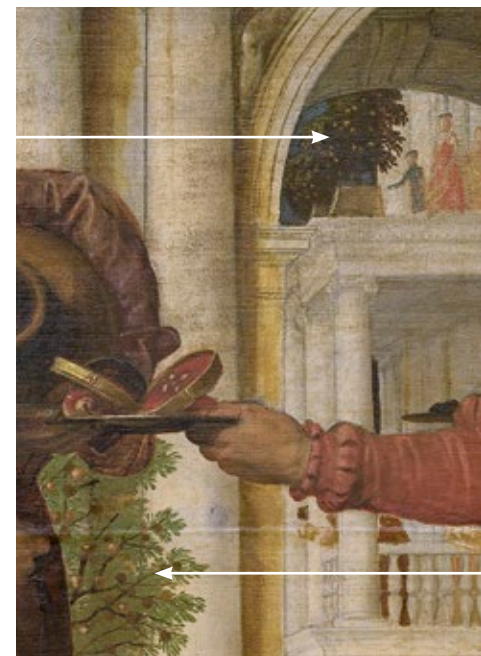


Abb. 23

Veronese, »Die Hochzeit zu Kana«,
Ausschnitt: Zwei Baumgruppen weisen verschiedene Erhaltungszustände eines grünen Farbtones auf

mär gut erhalten sind. Reine, kupferhaltige Grüns, lasierend eingesetzt, sind hingegen stark verbräunt. Das ist exemplarisch in dem Mantel Johannes des Täufers dokumentiert, wo eine verbräunte Lasur nur teilweise den gut erhaltenen grünen Mischton bedeckt (Abb. 22 a und Abb. 22 b). Kupfergrün-Pigmente verbräunen aufgrund von Reaktionen des Pigmentes mit dem Bindemittel.³⁸ Dabei entstehende Kupfercarboxylate, »Kupferseifen« sind infrarotspektroskopisch nachweisbar. Grünspan wurde nur in einer Mantelborte »Anbetung der Könige« nachgewiesen.³⁹



Abb. 24
Veronese, »Die Kreuztragung«,
 Ausschnitt: Ultramarinblau wurde im
 Mantel der Maria nachgewiesen.

Blau

Veronese setzte im Cuccina-Zyklus sehr wenig Ultramarinblau ein, sicher eine Kostenfrage, denn das extrem teure Pigment wurde in Verträgen speziell ausgehandelt.⁴⁰ Das aus dem Halbedelstein Lapis Lazuli gewonnene Blau ist nur in zwei Madonnenmänteln zu finden, dort unterlegt mit Smalte beziehungsweise Smalte und Azurit (»Die Anbetung der Könige« und »Die Kreuztragung«) (Abb. 24) sowie offensichtlich im Gewand des sitzenden Herren (»Die Hochzeit zu Kana«).

Als besonders problematisch hat sich das Blaupigment Smalte erwiesen, welches Veronese ausgiebig verwendete. Smalte ist ein durch Cobaltoxid blau gefärbtes Glas, das in Anteilen von 12 bis 16 Gewichtsprozent Kaliumoxid enthält.⁴¹ Im Laufe der Alterung wandert Kalium aus den Smalteteilchen aus, die dadurch an Farbe verlieren.⁴² Zusätzlich ist zu beobachten, dass das Bindemittel stark verbräunt ist. Neben den Himmelspartien und dem Madonnenmantel der »Madonna der Familie Cuccina«, die im Katalog gesondert betrachtet werden, sind die Kleider der kleinen Kinder der Cuccina-Familie sehr beeindruckende Beispiele für das Smalte-Problem.⁴³ Untersuchungen der gestreiften Kleider, die heute schwarz-weiß erscheinen, haben gezeigt, dass die verschwärzten Streifen ursprünglich blau waren. Sie enthalten Azurit, Smalte und in Schattenpartien zum Teil Ultramarin



Abb. 25
Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«, Detail des Kinderkleides während der Abnahme des verbräunten Firnis: Freigelegt wurde ein Muster mit schwarzen Streifen auf weißem Grund

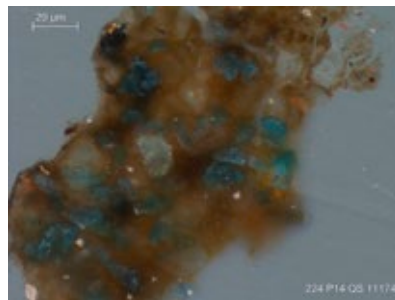


Abb. 26
Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«, Streifen des Kinderkleides, Querschliff: Der Querschliff zeigt im schrägen Aufricht Blaupigmente (z. T. ausgebleicht) sowie die starke Verbräunung des Bindemittels



Abb. 27
 Versuch einer Rekonstruktion des blauen Kleides des Knaben auf Grundlage der Befunde (Rekonstruktion Wolfgang Kreische)


Abb. 28

Veronese, »Die Madonna der Familie Cuccina«, Makroaufnahme Himmel: Pinselauftrag der verbräunten Lasur auf der hellen ersten Malschicht



Abb. 29

Maria Harmsen, nachgestellte Malschichtprobe, Makroaufnahme: Pinselauftrag der blauen Lasur auf weißem Untergrund, am rechten Rand ist die Farbschicht nach 6 monatiger Alterung unter Lichtabdeckung bereits verbräunt

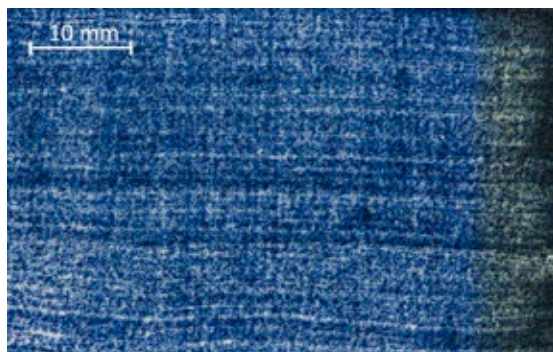

sowie rote Pigmente (roter Farblack) in einem verbräunten Bindemittel (Abb. 25 und 26). Im Rahmen des Medienprojektes der TU Dresden zu der Ausstellung soll ein Rekonstruktionsversuch den Farbeindruck der ehemals blau-weiß gemusterten Kinderkleider veranschaulichen (Abb. 27).

Zu den Bindemitteln der Malerei des Cuccina-Zyklus

Als Veronese den Cuccina-Zyklus malte, war seine Werkstatt in Venedig etabliert. Für große Ausmalungen, ganze Raumaustattungen wie in San Sebastiano, war er bekannt. Wand- und Deckenmalerei *a fresco*, *a secco*, auch »mit Öl« sowie Malerei auf Holz und Leinwand gehörten zu seinem Angebot.⁴⁴ Die eingesetzte Maltechnik musste auf den verschiedenen Untergründen sicher zum Ergebnis führen, in überschaubaren Zeiträumen. Die richtigen Bindemittel waren dabei elementar. Diesen handwerklichen Ansatz hatte bereits Berger für die Venezianer formuliert.⁴⁵ In der National Gallery London wurden an Veroneses Leinwandbildern bereits verschiedene Öle nachgewiesen, sowohl Leinöl als auch Nussöl.⁴⁶ Diese Öle haben unterschiedliche Trocknungseigenschaften und einen abweichenden Vergilbungsgrad. Im Louvre gibt es Befunde an der »Hochzeit zu Kanak«, wo Ei und Öl gemischt vorliegen, aber auch von rei-

nem Öl-Bindemittel.⁴⁷ Im Cuccina-Zyklus wurden in den untersuchten Farbbindemitteln Öl, Protein und Harz nachgewiesen.⁴⁸ Da an einigen Proben Cholesterol gefunden werden konnte, ist die Verwendung von Ei sehr wahrscheinlich. Bereits über 100 Jahre vor Veronese sprach Cennino Cennini von diesem Bindemittel in Bezug zur handwerklichen Praxis als Maß der Dinge: »[...] Eigelb, es ist das ein Universalbindemittel für Wandmalerei, Tafelbilder und auch Eisen. Du kannst davon nicht zu viel den Farben beimischen, aber wisse auch da den Mittelweg einzuhalten. Bevor ich dir mehr dazu sage, will ich dich mit dieser *tempera* ein Gewand in *secco* machen lassen [...].«⁴⁹ Die Rolle von Eigelb in der venezianischen Ölmalerei zu Veroneses Zeit – von Ernst Berger als Maler und Forscher bereits 1901 thematisiert⁵⁰ – wird auch heute noch vielfach diskutiert.

Eine kunsttechnologische Studie der Hochschule für Bildende Künste Dresden ist der Maltechnik in der verbräunten Lasur des Himmels der »Madonna der Familie Cuccina« nachgegangen (siehe S. XXf.). Die Studentin Marie Harmsen hat nach den Befunden verschiedene Bindemittelkombinationen aus Ei und Öl mit den Pigmenten Smalte und Azurit angetrieben und als Lasur auf der nachgestellten Untermalung malerisch umgesetzt.⁵¹ Dabei erwies sich eine mit Eigelb gecoatete Pigmentmischung (Smalte, Azurit) in Öl beim Pinselauftrag als sehr vergleichbar. Im Erscheinungsbild entspricht sie den Lasuren im Himmel der »Madonna der Familie Cuccina« sowie in der »Kreuztragung« (Abb. 28 und 29).

Anmerkungen

- 1 Penny/Spring 1995; Penny/Roy/Spring 1996; Ausst.-Kat. Paris 1992/93.
- 2 Berger 1901; Huber 2005; Ausst.-Kat. Sarasota 2012; Odlozil 2016; Gisolfi 2017; Herm 2017.
- 3 Vgl. oben den Beitrag von Rainer Groh.
- 4 Boschini (Pallucchini 1966), S. 733; englische Übersetzung Thornton 1991, S. 159, Anm. 6; deutsche Übersetzung Marlies Giebe.
- 5 Doran 1982, S. 165.
- 6 An der »Kreuztragung« ist die mittlere Bahn Kettkörper mit zwei Webkanten in einer Breite von ca. 105 cm gesichert. Die mittlere Bahn Fischgratkörper in der »Anbetung der Könige« ist ca. 100–105 cm breit. Die obere Bahn Kettkörper in der »Madonna der Familie Cuccina« mit zwei Webkanten beträgt 118–123 cm. Siehe hierzu auch: Gritt 2012, S. 226.
- 7 Die Keilrahmen des Cuccina-Zyklus sind etwas unterschiedlich in der Bauart und wahrscheinlich auf die Doublierungen bzw. die Konservierung der »Kreuztragung« zurückzuführen; siehe oben den Aufsatz von Marlies Giebe und Annegret Fuhrmann, Keilrahmenmaße siehe Katalogeinträge.
- 8 Siehe ebd. sowie die Beiträge zu den Restaurierungen der Gemälde in diesem Band.
- 9 Penny/Spring 1995; Penny/Roy/Spring 1996; Ausst.-Kat. Paris 1992/93, S. 133; Dorman/Patton 2012, S. 238.
- 10 Berger 1901, S. 39, Kap. VI: Raffaello Borghini.
- 11 Noch 1682 zählt man 620 Zeichnungen im Inventar der Caliar-Familie. Gisolfi 2017, S. 203.
- 12 Zum Karton siehe oben den Beitrag von Andreas Henning und Kat.-Nr. 7.
- 13 Johannes Taubert, Zur kunstwissenschaftlichen Auswertung

von naturwissenschaftlichen Gemäldeuntersuchungen, München 2003, S. 154, Zitat: »Ist der Pantograf in der heutigen Form nach Feldhaus (Feldhaus 1914, S. 766) auch erst eine Erfindung aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, so erwähnt doch der gleiche Autor ähnliche Instrumente schon bei Hedon (um 160 nach Chr.).«

14 Siehe unten Beitrag von Jan Sacher. **15** Röntgenaufnahmen: Ivo Mohrmann, Kerstin Riße, Monika Kammer, HfBK Dresden: IRR-Aufnahmen Silke Beisiegel, SKD. **16** Die im Röntgenbild sichtbaren schwermetallhaltigen Aufträge sind eindeutig unter der Malschicht zu verorten, da »Die Kreuztragung« undoubliert erhalten ist. **17** Boschini (Pallucchini 1966) S. 733; englische Übersetzung Thornton 1991, S. 159, Anm. 6; deutsche Übersetzung Marlies Giebe. **18** Ebd. **19** Siehe unten im Beitrag von Tobias Lange und Anke Stenzel. **20** Gisolfi 2017 S. 33 ff. **21** Feil 1996/97, S. 77–86. **22** Siehe unten den Beitrag von Kathrin Jacob und Sabine Posselt sowie Texte zu den Restaurierungen der Gemälde. **23** Siehe oben den Beitrag von Marlies Giebe und Annegret Fuhrmann sowie die Beiträge zu den Restaurierungen der einzelnen Gemälde. **24** Krischel 2002, S. 93–158; siehe auch oben den Beitrag von Michel Hochmann. **25** Krischel 2002, S. 108–109. **26** Kirby/White 1996, S. XX. **27** Schweppe/Roosen-Runge 1986, S. 255 ff. **28** Siehe oben den Beitrag von Sabine Schneider. **29** Peggie 2017. **30** »Die Verwendung von Scheerverschnitt scheint in Venedig üblich gewesen zu sein. Die Farbenskala des Borghini nennt: »Lacca fine [Lack aus kermesfarbiger Scheerwolle (Carmoisin)], durch Auslaugen des Farbstoffes und Niederschlagen mittels Alaun hergestellt für OEL.« Berger 1901, S. 41. **31** Berger zu Farbaufbau und Lasur bei den Venezianern, S. XXI: »Mit dem Auftrag der Lasurfarbe auf die Untermalung musste nicht notwendig die gewünschte Vollendung verbunden sein; im Gegenteile war vielfach die Lasurschichte nur das Mittel, um wieder weichere Töne aufzusetzen, diese mit dem schon Vorhandenen in Einklang zu bringen und Form und Farbwirkung zu steigern.« **32** Vgl. hierzu oben die Beiträge von Andreas Henning (S. 17) sowie Jutta Charlotte von Bloh (S. 61). **33** Die geringere Alterung des Mittelstreifens zeigt das deutlich. Siehe unten den Beitrag von Evelyn Adler, S. XX. **34** Boschini (Pallucchini 1966), S. 733; englische Übersetzung Thornton 1990, S. 160, Anm. 6; deutsche Übersetzung Marlies Giebe. **35** Floerke 1917, S. 49 f.; Berger 1901, Farbskala Borghini, S. 47.; Krischel (2002), S. XX. **36** Laborbefund in diesem Gewand: Zinnober, Eisenoxid, Smalte. **37** Siehe dazu unten den Beitrag von Tobias Lange und Anke Stenzel. **38** Carlotta Santoro beschreiben die Bildung von Cu(I)-Komplexen im Pigment-Öl-System und die Entstehung von Peroxo-Kupfer-Komplexen als ursächlich für die Verbräunung des Bindemittels (Santoro u. a. 2014). **39** Siehe dazu unten den Beitrag von Jan Sacher. **40** Krischel 2002, S. 120; Gisolfi 2017, S. 202. **41** Robinet/Spring/Sandrine 2011. **42** Boon u. a. 2001. **43** Siehe dazu unten den Beitrag von Kathrin Jacob und Sabine Posselt. **44** Gisolfi 2017, S. 136 ff. **45** Berger 1901, S. XIII, zu Öltempera: »In erster Linie ist zu bedenken, dass der aufs Handwerk gerichtete Sinn der »alten Praktiker«, wie sie Armenini nennt, gewiss sich Vorteile des Materiales nicht hätten entgehen lassen, die ihnen Erleichterungen während der Arbeit gestatteten. Ganz besonders mussten den Venezianern eine Methode erwünscht sein, durch die es ihnen möglich wurde, ihre grossen, umfangreichen Wandgemälde auf schnellerem Wege auszuführen als es die Uebereinanderhäufung von langsam trocknender Oelfarbe war.« **46** Penny/Spring 1995, S. 9. **47** Jean-Paul Rioux, in: Ausst.-Kat. Paris 1992, S. 143. **48** An der »Madonna der Familie Cuccina« (Gal.-Nr. 224) konnten gaschromatografisch an je einer Probe der verbräunten lasierenden Malschicht des Himmels sowie des Kleides eines Kindes Saccharose nachgewiesen werden. Der Harzanteil (Koniferenharz, Kolophonium) könnte auch aus dem später applizierten Firnis stammen. **49** Cennini 1916, S. 67. **50** Berger 1901, S. III. **51** Siehe unten den Beitrag von Marie Harmsen.