

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°729-25 SU23

CLIENTE : INTERNET PARA TODOS, SAC (IPT)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL,
DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1815-25

PROYECTO ** : AY00601_CUSI VALLE SAN FRANCISCO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-20

UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUSI VALLE SAN FRANCISCO S/N, DIST. OCROS,
HUAMANGA, AYACUCHO

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 3371-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-12-16

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-12-17

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-28	LM-27	LM-15	LM-23	LM-26
N° de Golpes	N°	33	24	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	30,27	31,18	36,95	28,36	25,11
Masa del recipiente y suelo Seco	g	28,06	28,38	34,23	26,99	24,21
Masa del Recipiente	g	19,51	18,71	25,40	18,91	19,03
Masa del Agua	g	2,21	2,80	2,72	1,37	0,90
Masa del Suelo Seco	g	8,55	9,67	8,83	8,08	5,18
Contenido de Humedad	%	25,8	29,0	30,8	17,0	17,4

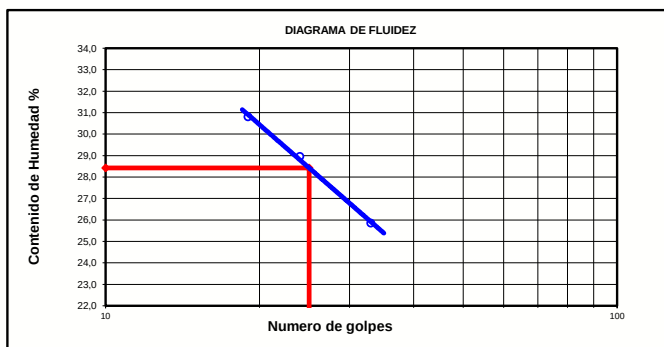

Límite Líquido : 28

Límite Plástico : 17

Índice de Plasticidad : 11

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°729-25 SU23

CLIENTE : INTERNET PARA TODOS, SAC (IPT)

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL,
DIST. DE SAN ISIDRO, LIMA, LIMA

RECEPCIÓN N° : 1815-25

PROYECTO ** : AY00601_CUSI VALLE SAN FRANCISCO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-20

UBICACIÓN ** : PREDIO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUSI VALLE SAN FRANCISCO S/N, DIST. OCROS,
HUAMANGA, AYACUCHO

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
3
81,6%
SEMI-ANGULAR
4,0%

Ref. Informe N°3250-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

