

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°072-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : PE-04-AR-16871-24 SAMUEL_PASTOR_AQP
UBICACIÓN ** : AA. HH VILLA EL SALVADOR MZ. B LT 05, DIS. SAMUEL PASTOR, CAMANÁ, AREQUIPA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 136-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-11

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 212-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-04
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-04

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-01	L-10	K	A
N° de Golpes	N°	34	23	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	35.86	36.57	36.81	44.52	47.01
Masa del recipiente y suelo Seco	g	30.84	31.18	31.22	42.34	44.58
Masa del Recipiente	g	21.10	21.18	21.22	34.21	35.52
Masa del Agua	g	5.02	5.39	5.59	2.18	2.43
Masa del Suelo Seco	g	9.74	10.00	10.00	8.13	9.06
Contenido de Humedad	%	51.5	53.9	55.9	26.8	26.8

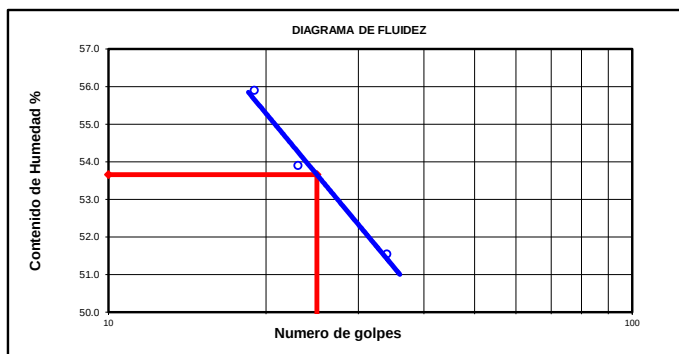

Límite Líquido	54
Límite Plástico	27
Índice de Plasticidad	27



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°072-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : PE-04-AR-16871-24 SAMUEL_PASTOR_AQP
UBICACIÓN ** : AA. HH VILLA EL SALVADOR MZ. B LT 05, DIS. SAMUEL PASTOR, CAMANÁ, AREQUIPA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 136-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-11

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
9.8%
ANGULAR
10.9%

Ref. Informe N°242-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 11/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

