

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°106-25 SU19

CLIENTE : PROY INTER SCRL

DIRECCIÓN ** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

PROYECTO ** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN
DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 708- 25

FECHA EMISIÓN : 23-06-25

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA 01 / SAN MARCOS

N° MUESTRA ** : M-1

TIPO DE MUESTRA ** : MATERIAL DE RELLENO

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 169-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 06-06-25

FECHA DE EJECUCIÓN : 14-06-25

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	17	17	83
3/8 in (9.5 mm)	16	33	67
No. 4 (4.75 mm)	16	49	51
Menor (No. 4)	51	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.66	2.66	2.66	2.66
contenido de agua saturación (%)	12.6	6.9	7.1	11.0

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (*): Ref. Informe N°000-24 SU 32


Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.069	2.366	2.378	2.223

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	3.9	5.4	6.3	8.0
Densidad Seca (g/cm³)	1.992	2.245	2.237	2.058
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19.53	22.02	21.93	20.18

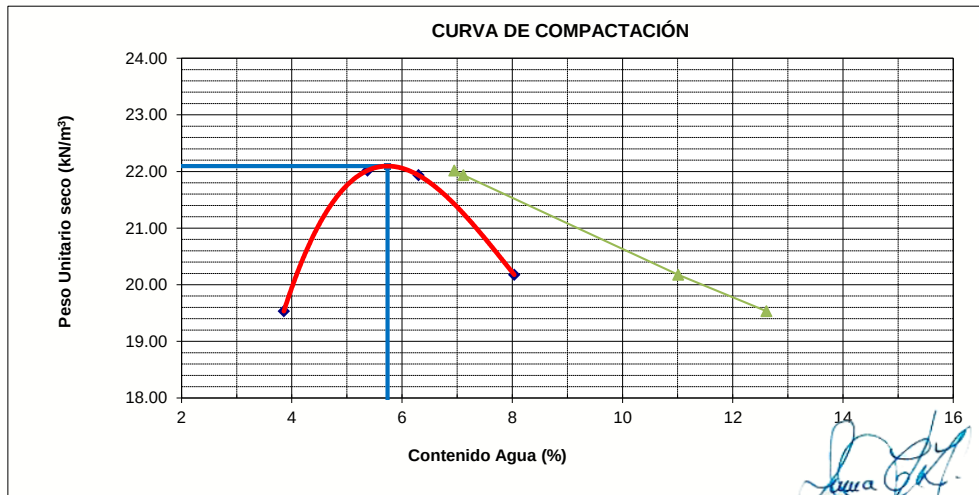

Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO
MÁXIMO

22.10 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE
AGUA

5.7 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°106-25 SU19

CLIENTE : PROY INTER SCRL

DIRECCIÓN ** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

PROYECTO ** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN
DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

**** Datos proporcionados por el cliente**

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

SUELO
3
SEMI ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{e1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
GW
3/8

Ref. Informe N°293-24 SU 22

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 0-24 SU31.

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

