



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-093696K
2. 의뢰자
○ 업체명 : (주)쌍곰
○ 주소 : 경기도 광주시 광남안로 61 (태전동)
3. 시험기간 : 2024년 11월 01일 ~ 2025년 03월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 쌍곰워터코트
6. 시험방법
(1) KS F 4919:2023

확인	작성자명	김경훈	기술책임자명	이봉춘
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 03월 14일


한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8982

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

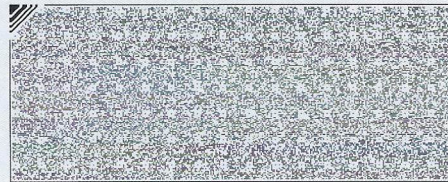

시험성적서

성적서번호 : CT24-093696K

7. 시험결과

1) 쌍공워터코트

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음	(20±2) ℃, (65±20) % R.H.	A
부착 강도(표준)	N/mm ²	(1)	1.4		
부착 강도(침수후)	N/mm ²	(1)	1.2		
내잔갈림성	-	(1)	잔갈림이 없음		
흡수량	g	(1)	0.6		
인장성능(인장 강도)	N/mm ²	(1)	1.6		
인장성능(신장률)	%	(1)	57		
내투수성	-	(1)	투수되지 않음		
습기 투과성(Sd)	m	(1)	3.4		
내균열성(-10 ℃)	-	(1)	파단되지 않음		
내균열성(20 ℃)	-	(1)	파단되지 않음		
내알칼리성	-	(1)	이상없음		

※ 배합비(질량비)

[분말 : 액상 = 27 : 18]

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

