
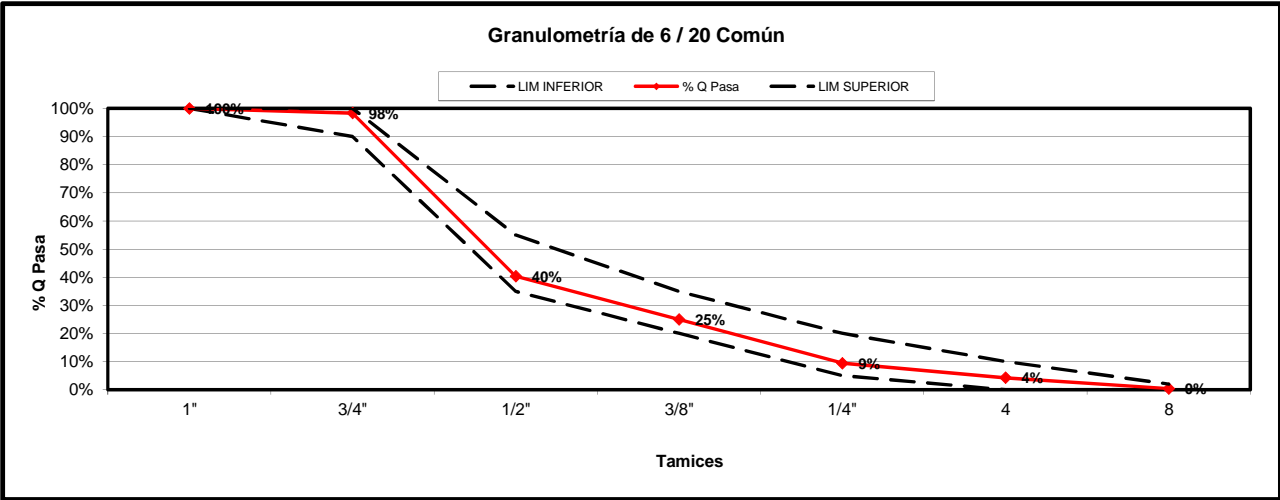


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 6/20 COMÚN (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	6/20 Común		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1"	100%	100%
	ORIGEN:			3/4"	90%	100%
	DESTINO:			1/2"	35%	55%
	EMPRESA:			3/8"	20%	35%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	05/09/2024		1/4"	5%	20%
	MUESTRA TOMADA DE:			4	0%	10%
	HORA:	11:36		8	0%	2%

ENSAYOS	Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,400	tn/m3	PESO TOTAL:		4,341	Kgs			
Densidad relativa real (IRAM 1533)	2,761	grs/cm3	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.
Absorción de Agua (24 hs), en Peso (IRAM 1533)	0,4	%	(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%	XXX
Desgaste los Angeles (IRAM 1532: < 30%)	20	%	(51 mm)	2"	0	0	0	100%	XXX
Terrones de Arcilla (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 2%)	0,015	%	(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%	0
Sales Solubles (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 1,5%)	0,019	%	(25 mm)	1"	0	0	0	100%	XXX
Materia Orgánica (IRAM 1647: < 0,5%)	< 500	ppm	(19 mm)	3/4"	0,072	2	2	98%	0
Sulfatos como SO3 (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 0,075%)	0,01	%	(12,7 mm)	1/2"	2,52	58	60	40%	XXX
Materias Carbonosas (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 0,5%)	0,00	%	(9,5 mm)	3/8"	0,665	15	75	25%	75
Cloruros (IRAM 1857 - VER LIM EN IRAM 1531)	< 0,01	%	(6,3 mm)	1/4"	0,674	16	91	9%	XXX
Durabilidad "Ataque con Sulfato de Sodio" (IRAM 1525)	1,356	%	(4,8 mm)	4	0,225	5	96	4%	96
RAS a 16 días (IRAM 1674, CIRSOC 201 < 0,100%)	0,077	%	(2,4 mm)	8	0,167	4	100	0%	100
Índice de Lajas (IRAM 1687-1)	26,3%	%	(1,2 mm)	16	0	0	100	0%	100
Índice de Elongación (IRAM 1687-2)	16,7%	%	(0,6 mm)	30	0	0	100	0%	100
Polvo Adherido	0,9	%	(0,3 mm)	50	0	0	100	0%	100
			(0,15 mm)	100	0	0	100	0%	100
ND: NO DETECTABLE				FONDO	0,018		Módulo de Finura		6,69
ESTUDIO PETROGRÁFICO (IRAM 1649): SOLICITAR PDF					4,341				

GRAFICO



CONFORME ☒

NO CONFORME ☐

INFORME NO CONFORMIDAD Nº _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Última Modificación
1	REG. CP 1	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 1.B	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación

CANTERAS GUERRICO S.A.
TEC. SUPERIOR EN MINERA
DARGEL LEONEL
REP. CONTROL DE CALIDAD